
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
ISO 13679 –
202

**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ И НАСОСНО-
КОМПРЕССОРНЫЕ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Методы испытаний резьбовых соединений

(ISO 13679:2019,
Petroleum and natural gas industries –
Procedures for testing casing and tubing connections,
IDT)

Проект, окончательная редакция

Настоящий проект стандарта не подлежит применению
до его утверждения

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (АО «РусНИТИ») и ПК 7 «Нарезные трубы» ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны» на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 5 стандарта

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____ от «__» _____ 20__ г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «__» _____ 20__ г. № _____ межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 13679–20XX введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с «__» _____ 20__ г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 13679:2019 «Нефтяная и газовая промышленность. Процедуры для испытания соединений обсадных и насосно-компрессорных труб» (Petroleum and natural gas industries – Procedures for testing casing and tubing connection, IDT). Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 67 «Материалы, оборудование и морские сооружения для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности», Подкомитет SC 5 «Обсадные, насосно-компрессорные и бурильные трубы».

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5

(подраздел 3.6).

В настоящий стандарт внесено дополнительное приложение ДА, которое содержит основные положения стандарта API RP 5C5 «Procedures for Testing Casing and Tubing Connections» («Процедуры испытаний соединений обсадных и насосно-компрессорных труб»), четвертое издание, 2017 г. Более подробная информация об этом и других редакционных изменениях указанного международного стандарта приведена во введении к настоящему стандарту.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДБ

6 ВЗАМЕН ГОСТ Р ИСО 13679 – 2016

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

ФГБУ «РСТ», 202

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения.....	
2	Нормативные ссылки.....	
3	Термины и определения.....	
4	Дополнения к основным положениям API RP 5C5.....	
4.1	Общие требования.....	
4.2	Область применения.....	
4.3	Нормативные ссылки.....	
4.4	Область номинальных эксплуатационных характеристик соединения.....	
4.5	Анизотропные эталонные кривые.....	
4.6	Влияние нагрузки, близкой к пределу текучести.....	
4.7	Отчет об испытаниях.....	
	Приложение ДА (обязательное) Основные положения API RP 5C5.....	
	Приложение ДБ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам.....	
	Библиография	

Введение

Настоящий стандарт разработан на основе международного стандарта ISO 13679:2019, который в свою очередь был разработан на основе стандарта API RP 5C5, четвертое издание, 2017 г., с включением ряда дополнительных положений.

Основные положения API RP 5C5, четвертое издание, 2017 г., приведены в международном стандарте ISO 13679:2019 в виде ссылки на API RP 5C5, поэтому основные положения этого стандарта приведены в настоящем стандарте в дополнительном приложении ДА с целью удобства пользователя и сохранения идентичности международному стандарту ISO 13679:2019. При этом в приложении ДА значения и показатели в единицах USC заменены на значения и показатели в единицах SI, а ссылки на стандарты API заменены ссылками на аналогичные межгосударственные стандарты.

Ряд терминов международного стандарта ISO 13679:2019 заменены терминами, применяемыми в межгосударственной практике: «материнская труба» на «исходная заготовка», «укороченная труба» на «патрубок», термин «муфтовое соединение», означающий элемент соединения с внутренней резьбой, на «раструбный элемент».

Настоящий стандарт разработан с целью гармонизации с международной практикой экспериментального подтверждения области испытательных и предельных критических нагрузок на резьбовое соединение, имеющего решающее значение при проектировании обсадных и насосно-компрессорных труб, применяемых в нефтяной и газовой промышленности. Обсадные и насосно-компрессорные трубы подвергаются нагрузкам, включающим наружное и внутреннее давление, осевое растяжение, осевое сжатие, изгиб, скручивание, поперечные усилия и температурные изменения. Величина и комбинация этих нагрузок приводят к различным механизмам разрушения тела трубы и резьбового соединения. Механизм разрушения, испытательные и предельные нагрузки для резьбового соединения отличаются и зачастую меньше, чем для тела трубы, и требуют экспериментального подтверждения.

Подтверждение испытательных и предельных нагрузок предусматривает испытания эксплуатационных характеристик резьбового соединения при заданных предельных нагрузках. Такие испытания гарантируют, что эксплуатационные характеристики резьбовых соединений, применяемых в пределах этих нагрузок, будут не ниже эксплуатационных характеристик испытанных резьбовых соединений. Эксплуатационные характеристики резьбового соединения включают предельные отклонения размеров, механические свойства, обработку поверхности, момент

ГОСТ ISO 13679 – 20

(Проект, окончательная редакция)

свинчивания, вид и количество резьбовой смазки.

Для специальных условий эксплуатации могут требоваться другие испытания резьбовых соединений, в этом случае между заказчиком и изготовителем могут быть согласованы необходимые отклонения от настоящего стандарта.

Рекомендуется проведение испытаний под наблюдением представителей заказчика и (или) инспекции третьей стороны.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ И НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ

ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Методы испытаний резьбовых соединений

Casing and tubing steel pipes for the oil and gas industry. Procedures of thread connection testing

Дата введения – 20__–__–__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний стойкости к образованию задиров при свинчивании, уплотнительных свойств и конструктивной прочности резьбовых соединений обсадных и насосно-компрессорных труб, применяемых для общих условий эксплуатации, без учета наружного диаметра труб.

Настоящий стандарт охватывает испытания резьбовых соединений, применяемых в наиболее часто встречающихся условиях, и не распространяется на применение резьбовых соединений в любых условиях, например, в агрессивных средах, которые могут повлиять на эксплуатационные характеристики резьбовых соединений.

Настоящий стандарт дополняет API RP 5C5:2017¹⁾, требования которого применяются, если в настоящем стандарте не указано иное.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ISO 3183, Petroleum and natural gas industries. Steel pipe for pipeline transportation systems (ISO 3183, Промышленность нефтяная и газовая. Стальные трубы для трубопроводно-транспортных систем)

ISO 11960, Petroleum and natural gas industries. Steel pipes for use as casing or tubing for wells (ISO 11960, Нефтяная и газовая промышленность. Трубы стальные, используемые в качестве обсадных и насосно-компрессорных труб для скважин)

¹⁾ Основные положения стандарта API RP 5C5:2017 приведены в приложении ДА.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения API RP 5C5:2017, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 область номинальных эксплуатационных характеристик соединения (nominal connection performance envelope): Заявленные изготовителем эксплуатационные характеристики резьбового соединения, основанные на установленных геометрических и технических характеристиках трубы.

3.2 влияние нагрузки, близкой к пределу текучести (near-yield loading effects): Циклический рост диапазона пластических деформаций в циклически размягчающемся материале при напряжениях ниже предела текучести этого материала.

4 Дополнения к основным положениям API RP 5C5:2017

4.1 Общие требования

Должны применяться требования API RP 5C5:2017, если в 4.2 – 4.7 не указано иное.

4.2 Область применения

Заменить в API RP 5C5:2017 (раздел 1) разделом 1 настоящего стандарта.

4.3 Нормативные ссылки

Заменить ссылку: «API Spec 5CT Спецификация на обсадные и насосно-компрессорные трубы» на «ISO 11960 Нефтяная и газовая промышленность. Стальные трубы, используемые в качестве обсадных и насосно-компрессорных труб для скважин».

Заменить ссылку: «API Spec 5L Спецификация на трубы для трубопроводов» на «ISO 3183 Нефтяная и газовая промышленность. Стальные трубы для трубопроводных транспортных систем».

4.4 Область номинальных эксплуатационных характеристик соединения

Заменить в API RP 5C5:2017 (пункт 4.3, первый абзац) следующим абзацем:

«До начала испытаний изготовитель должен предоставить план испытаний. План испытаний должен содержать лист технических требований к резьбовому соединению

с указанием предполагаемого уровня оценки при испытаниях и характеристик резьбового соединения с областью номинальных эксплуатационных характеристик.

Изготовитель должен представить чертеж с сечениями резьбового соединения и документацию, детализирующую технические требования, процессы и процедуры, необходимые для полного изготовления и контроля резьбового соединения. Изготовитель должен предоставить параметры свинчивания резьбового соединения и порядок ремонта. Дополнительно, изготовитель должен указать особые характеристики тела трубы, например, минимальную толщину стенки, равную 90 % номинальной, высокую стойкость к смятию, или контролируемый предел текучести, который требуется для оценки резьбового соединения».

Заменить в API RP 5C5:2017 (пункт A.1.5) следующим пунктом:

«Изготовитель резьбового соединения должен предоставить область номинальных эксплуатационных характеристик соединения с одноосными номинальными значениями и заданными параметрами, указанными в этой области».

4.5 Анизотропные эталонные кривые

В настоящем стандарте принимается, что изотропное поведение материала проявляется не во всех трубных изделиях нефтяного сортамента (ОСТГ), и что кривая номинального VME тела трубы (см. API RP 5C5:2017, приложение D, кривая 1) и кривая фактического VME испытательного образца тела трубы (см. API RP 5C5:2017, приложение D, кривая 4) явно отражают предположение об изотропности материала. Чтобы обеспечить соответствующий контекст для испытаний резьбовых соединений с учетом анизотропности материалов, изготовитель должен разработать и предоставить кривую номинальной текучести тела трубы и кривые фактической текучести испытательного образца тела трубы, используя анизотропный критерий текучести, например обычный анизотропный критерий текучести Хилла или другие критерии для учета наблюдаемых свойств текучести (сжатия), вместо кривых изотропного материала. Изготовитель резьбового соединения должен документировать методику построения этих анизотропных кривых текучести и представить эту методику и кривые для отчета об испытаниях резьбового соединения, см. API RP 5C5:2017, раздел C.2, подраздел 7, перечисление а).

4.6 Влияние нагрузки, близкой к пределу текучести

В системах резьбовых соединений труб, т.е. в испытательных образцах резьбовых соединений, циклическое нагружение до уровней напряжений, приближающихся к пределу текучести металла трубы, может вызвать пластическую деформацию (пластическое растяжение), которая увеличивается по величине с каждым

циклом нагрузки. Возникающее в результате этого накопление пластической деформации может повлиять на работоспособность систем резьбовых соединений труб или привести к разрушению их конструкции, что было отмечено при исследовании свойств металла и полномасштабных испытаниях, проведенных для оценки резьбовых соединений обсадных труб. Эти аспекты поведения металла обсадных и насосно-компрессорных труб и их проявления в системах резьбовых соединений труб рассматриваются как влияние нагрузки, близкой к пределу текучести [1].

Взаимодействия между переменными, влияющими на нагрузку, близкую к пределу текучести (конструкция резьбовых соединений, свойства металла и нагружение) сложны; в общем случае степень выраженности влияния нагрузки, близкой к пределу текучести, зависит от следующих факторов:

- неопределенность оценки текучести материала (температура окружающей среды и повышенные температуры);
- скорость деформации;
- приложенная амплитуда циклического напряжения;
- многоосевое напряженное состояние в колонне труб;
- реакция на напряжение-деформацию (предел текучести и предел упругости при изгибе);
- склонность к циклическому разупрочнению;
- ударные нагрузки;
- термомеханические нагрузки на металл труб в прошлом.

Влияние нагрузки, близкой к пределу текучести, наблюдалось при выполнении испытаний на изгиб резьбовых соединений, предусмотренных настоящим стандартом. Необходимо контролировать деформацию (растяжение) резьбовых соединений труб во время испытаний для оценки устойчивости к пластической деформации, особенно в случаях, когда испытательный образец резьбового соединения многократно нагружают до напряжений, потенциально превышающих пределы упругости металла труб. Участки для контроля устойчивости к пластической деформации, а также допустимые уровни пластической деформации должны быть рекомендованы изготовителем резьбового соединения.

4.7 Отчет об испытаниях

Заменить в API RP 5C5:2017 [пункт C.2.1, перечисление с)] следующим перечислением: «с) ссылкой на настоящий стандарт и используемое издание;».

Заменить в API RP 5C5:2017 [пункт C.2.1, перечисление f)] следующим перечислением: «f) температура и DLS, используемые в испытаниях;».

Приложение ДА (рекомендуемое)

Основные положения API RP 5C5

(В настоящем приложении:
5C5; - для удобства пользования сохранена нумерация и обозначения структурных элементов API RP
- к терминам API RP 5C5 добавлен ряд терминов, применяемых в межгосударственной практике;
- значения в единицах USC заменены на значения в единицах SI;
- ряд нормативных ссылок заменены ссылками на соответствующие межгосударственные стандарты).

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний стойкости к образованию задиров при свинчивании, уплотнительных свойств и конструктивной прочности резьбовых соединений обсадных и насосно-компрессорных труб. Слова «обсадная труба» и «насосно-компрессорная труба» применяют для общих условий эксплуатации, без учета наружного диаметра трубы. Настоящий стандарт распространяется на основные нагрузки, которым подвергают колонны обсадных и насосно-компрессорных труб: давление текучей среды (внутреннее и/или внешнее), осевое усилие (растяжение и/или сжатие), изгиб (изгиб и/или искривление ствола скважины), и колебания температуры.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ ISO 13680-2016 Трубы бесшовные обсадные, насосно-компрессорные и трубные заготовки для муфт из коррозионно-стойких высоколегированных сталей и сплавов для нефтяной и газовой промышленности. Технические условия

ГОСТ 31446-2017 (ISO 11960:2014) Трубы стальные обсадные и насосно-компрессорные для нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия

ГОСТ ISO 13678-2022 Трубы обсадные, насосно-компрессорные, трубопроводные и элементы буровых колонн для нефтяной и газовой промышленности. Оценка и испытание резьбовых смазок

ГОСТ ISO 3183-2015 Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия

ГОСТ ISO 13679 – 20

(Проект, окончательная редакция)

ISO/TR 10400:2018, Petroleum and natural gas industries – Formulae and calculations for the properties of casing, tubing, drill pipe and line pipe used as casing or tubing (Нефтяная и газовая промышленность. Формулы и расчеты свойств обсадных, насосно-компрессорных, бурильных труб и труб для трубопроводов, используемых в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб)

ASTM A370, Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products (Стандартные методы испытаний и определения для механических испытаний стальной продукции)

3 Термины, определения, условные обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 кривая фактического давления смятия по API при температуре окружающей среды (actual API collapse curve at ambient temperature): Кривая для испытательного образца из ISO/TR 10400:2018, с использованием измеренных: максимального среднего наружного диаметра, минимальной средней толщины стенки и минимального предела текучести материала, при температуре окружающей среды, установленных в качестве исходных данных.

Примечание – В ISO/TR 10400:2018 см. раздел 8, который касается сопротивления наружному давлению.

3.1.2 кривая фактического VME при температуре окружающей среды (actual VME curve at ambient temperature): Кривая для испытательного образца из ISO/TR 10400:2018, с использованием измеренных: среднего наружного диаметра, минимальной толщины стенки (только для окружного напряжения), минимальной средней толщины стенки и минимального предела текучести материала при температуре окружающей среды, установленных в качестве исходных данных.

3.1.3 температура окружающей среды, комнатная температура (ambient temperature): Фактическая температура в помещении испытательной лаборатории во время проведения испытаний.

3.1.4 диаграмма осевая нагрузка-давление (axial-pressure load diagram): График зависимости давления от осевой нагрузки, показывающий эталонные характеристики тела трубы, характеризующий область оценки резьбового соединения (CEE) и область испытательных нагрузок (TLE) или предельную нагрузку.

3.1.5 **двухосное масштабирование** (bi-axial scaling): Масштабирование исходной области или кривой вдоль оси осевой нагрузки и оси нагрузки от давления с применением соответствующего коэффициента масштабирования, в результате чего образуется вторая область или кривая, радиально пропорциональная исходной.

3.1.6 **соединение** (connection): Резьбовое соединение двух концов труб с помощью муфты (муфтовое соединение) или двух концов труб без помощи муфты (раструбное соединение).

3.1.7 **область оценки резьбового соединения, СЕЕ** (connection evaluation envelope): График, в котором содержатся данные, по которым оценивают резьбовое соединение.

3.1.8 **область или кривая повышенной температуры** (elevated temperature envelope or curve): Двухосно масштабируется от соответствующей области или кривой температуры окружающей среды, как в направлении осевой нагрузки, так и в направлении нагрузки от давления с коэффициентом масштабирования, являющимся соотношением между пределом текучести материала при повышенной температуре и пределом текучести материала при температуре окружающей среды.

3.1.9 **разрушающая нагрузка** (failure load): Нагрузка, при которой тело трубы или резьбовое соединение полностью разрушаются, в виде выхода резьбового соединения из сопряжения, растрескивания, значительной остаточной деформации (например, продольный изгиб или смятия), или значительной потери герметичности уплотнения.

3.1.10 **заедание** (galling): Повреждение поверхности в результате холодного сваривания контактных поверхностей, сопровождаемое отрывом материала при дальнейшем скольжении или вращении.

П р и м е ч а н и е – Различают несколько степеней заедания, в зависимости от необходимого ремонта и отчета, см. 8.2.

3.1.11 **натяг** (interference): Расстояние, характеризующее посадку одного изделия на другое, и припуск на механическое довинчивание.

3.1.12 **утечка** (leak, leakage): Любое вытеснение текучей среды в измерительной системе во время выдержки резьбового соединения под давлением.

3.1.13 **утечка вследствие вытеснения** (leak tube displacement): Изменение уровня воды в мерном цилиндре, указывающее на изменение объема из-за изменений прилагаемой нагрузки, температуры, давления или утечки.

3.1.14 **легкое заедание** (light galling): Заедание, последствия которого могут быть устранены при помощи шлифовальной шкурки в соответствии с инструкциями изготовителя по обслуживанию в полевых условиях.

3.1.15 предельная нагрузка (limit load): Экстремальная комбинация нагрузок (осевой нагрузки и (или) давления), которая определяет условия разрушения резьбового соединения, или комбинация нагрузок, вызывающая значительную остаточную деформацию (например, продольный изгиб) перед полным разрушением резьбового соединения (отказом).

3.1.16 партия (lot): Трубы одного размера, одной группы прочности, из стали одной плавки, которые подвергались термообработке в течение одного непрерывного процесса или в одной садке.

3.1.17 образец материала для испытаний (проба), МТ (material test coupon): Цилиндр из трубы и (или) трубной заготовки для муфт, из которого вырезают образцы для испытаний на растяжение.

3.1.18 уплотнение металл-металл (metal-to-metal seal): Уплотнение или система уплотнений, создающие герметичность резьбового соединения за счет высокого контактного напряжения сопрягаемых металлических поверхностей.

Примечание – Резьбовая смазка и обработка поверхности могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на эксплуатационные характеристики уплотнения металл-металл.

3.1.19 умеренное заедание (moderate galling): Заедание, последствия которого могут быть устранены при помощи надфиля и шлифовальной шкурки в соответствии с инструкциями изготовителя по обслуживанию в полевых условиях.

3.1.20 исходная заготовка (mother joint): Труба или трубная заготовка для муфт, от которой отрезают патрубки для изготовления испытательных образцов.

3.1.21 многоэлементное уплотнение (multiple seals): Система уплотнений, состоящая из двух или более независимых элементов, каждый элемент которой является самостоятельным уплотнением.

3.1.22 кривая номинального давления смятия по API при температуре окружающей среды (nominal API collapse curve at ambient temperature): Кривая характеристик для испытательного образца по ISO/TR 10400:2018, с использованием наружного диаметра, толщины стенки и минимального предела текучести материала, установленных в качестве исходных данных.

Примечание – В ISO/TR 10400:2018 см. раздел 8, который касается сопротивления наружному давлению.

3.1.23 кривая номинального VME при температуре окружающей среды (nominal VME curve at ambient temperature): Кривая характеристик для испытательного образца из ISO/TR 10400:2018, с использованием наружного диаметра, толщины

стенки, k_{wall} (для минимальной толщины стенки), и минимального предела текучести материала, установленных в качестве исходных данных.

П р и м е ч а н и е – В ISO/TR 10400:2018 см. раздел 6, который касается трехмерной текучести трубы.

3.1.24 эталонные характеристики тела трубы (pipe body reference envelope): Область испытательных нагрузок, соответствующая 100 % от предела текучести VME для тела трубы.

П р и м е ч а н и е – Характеристики трубы, такие, как текучесть эквивалентного напряжения по Мизесу, см. ISO/TR 10400:2018 по смятию.

3.1.25 кривая наружного давления для труб, стойких к смятию, при температуре окружающей среды (proprietary high collapse curve at ambient temperature): Кривая номинального давления смятия только в направлении давления с коэффициентом масштабирования, являющимся соотношением одноосного наружного давления смятия и одноосного номинального давления смятия.

3.1.26 патрубок (pip joint or pip): Отрезок трубы или трубной заготовки для муфт, может быть с резьбой.

3.1.27 циклы QI-QIII (QI-QIII cycles): Циклическое нагружение между QI (растяжение и внутреннее давление) при температуре до 65 °C включит. и QIII (сжатие и наружное давление) при температуре 180 °C.

3.1.28 упругое уплотнение (resilient seal): Уплотнение или система уплотнений, создающие герметичность резьбового соединения при помощи уплотнительного кольца, установленного в обработанной канавке резьбового соединения (например, в профиле резьбы или на уплотнительном участке).

3.1.29 уплотнение (seal): Элемент, препятствующий проникновению испытательной среды.

3.1.30 овальность уплотнения (seal ovality): Разность максимального диаметра уплотнения и минимального диаметра уплотнения, деленная на средний диаметр уплотнения и умноженная на 100.

3.1.31 сильное заедание (severe galling): Заедание, последствия которого не могут быть устранены с помощью надфиля и шлифовальной шкурки в соответствии с рекомендациями изготовителя по обслуживанию в полевых условиях.

3.1.32 одноэлементное уплотнение (single seal): Одно уплотнение или несколько уплотнений, функции которых нельзя разделить физически.

3.1.33 образец (specimen): Два патрубка, каждый с ниппельным соединением и общей муфтой, образующие сцепленный узел, или два патрубка, одна – с ниппельным

соединением и одна – с муфтовым соединением, образующими цельный узел.

П р и м е ч а н и е – Для целей настоящего стандарта рекомендуется применять термин 3.1.40 «образец резьбового соединения».

3.1.34 образец для испытания на растяжение (tensile test specimen): Полноразмерный плоский образец от стенки или цилиндрический образец, вырезанный из пробы (МТ).

3.1.35 область испытательных нагрузок, TLE (test load envelope): Точки испытательных нагрузок (осевой нагрузки, давления, изгиба) в четырех квадрантах, полученных из области оценки резьбового соединения СЕЕ.

3.1.36 партия изделий с резьбой (thread lot): Изделия, изготовленные на резьбонарезном оборудовании в течение непрерывного производственного цикла, который не прерывался значительными поломками инструмента или неисправностями оборудования (исключая износ или незначительные поломки инструмента), заменой держателя (кроме черновой расточной оправки) или любыми другими сбоями в работе резьбонарезного оборудования или контроле калибрами.

3.1.37 резьбовое уплотнение (thread seal): Уплотнение или система уплотнений, создающие герметичность резьбового соединения за счет точности профиля резьбы и резьбовой смазки, нанесенной на поверхность резьбы.

3.1.38 одноосное масштабирование (uni-axial scaling): Масштабирование исходной области или кривой вдоль оси нагрузки от давления с применением соответствующего коэффициентом масштабирования, в результате которого образуется вторая область или кривая с наибольшим расхождением на оси нагрузки от давления, сходящаяся с исходной кривой в одной точке на оси осевой нагрузки.

3.1.39 эквивалентное напряжение по Мизесу (von Mises equivalent stress): Эквивалентное напряжение, основанное на максимальной критерии потенциальной энергии деформации формоизменения Мизеса-Генки.

3.1.40 образец резьбового соединения (connection specimen): Два патрубка, соединенные между собой.

П р и м е ч а н и е 1 – Образец муфтового соединения состоит из патрубков с наружной резьбой (ниппельных элементов), соединенных муфтой с внутренней резьбой (раструбным элементом), образец раструбного соединения – из патрубка с наружной резьбой (ниппельного элемента) и патрубка с внутренней резьбой (раструбного элемента).

П р и м е ч а н и е 2 – Термин введен с целью пояснения понятия, встречающегося в тексте настоящего стандарта.

3.1.41 колонна труб (pipe string): Несколько труб, соединенных между собой.

Примечание – Термин введен с целью пояснения понятия, встречающегося в тексте настоящего стандарта.

3.1.42 муфта (coupling): Цилиндр с внутренней резьбой, предназначенный для соединения двух труб, имеющих на концах наружную резьбу.

Примечание – Термин введен с целью пояснения понятия, встречающегося в тексте настоящего стандарта.

3.1.43 муфтовый конец (box end): Конец элемента колонны труб, имеющий резьбовое упорное соединение с внутренней замковой резьбой.

Примечание – Термин введен с целью пояснения понятия, встречающегося в тексте настоящего стандарта.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

A – резьбовое соединение заводского конца трубы (элемент A);

AMYS – фактический минимальный предел текучести;

B – резьбовое соединение полевого конца трубы (элемент B);

BO – развинчивание;

CAL – уровень оценки резьбового соединения;

CCW – направление против часовой стрелки вокруг области испытательных нагрузок;

CEE – область оценки резьбового соединения;

CEPL – нагрузка (растяжение), возникающая под действием давления на элемент резьбового соединения с торцевой заглушкой;

CRA – коррозионностойкий сплав;

CW – направление по часовой стрелке вокруг области испытательных нагрузок;

EP – наружное давление;

FEA – анализ методом конечных элементов;

FMU – образец резьбового соединения в состоянии после окончательного свинчивания;

H – максимальный (высокий) диапазон натяга резьбы или уплотнения;

H/H – установленное максимальное количество резьбовой смазки – установленный максимальный момент затяжки, и на рисунках с 4 по 7 максимальный натяг резьбы – максимальный натяг уплотнения;

H/L – установленное максимальное количество резьбовой смазки – установленный минимальный момент затяжки, и на рисунках с 4 по 7 максимальный натяг резьбы – минимальный натяг уплотнения;

ГОСТ ISO 13679 – 20

(Проект, окончательная редакция)

- IJ – резьбовое соединение Integral Joint;
- IP – внутреннее давление;
- L – минимальный (низкий) диапазон натяга резьбы или уплотнения;
- L/H – установленное минимальное количество резьбовой смазки – установленный максимальный момент затяжки, и на рисунках с 4 по 7 минимальный натяг резьбы – максимальный натяг уплотнения;
- LL – предельная нагрузка;
- LL1 – траектория испытания предельной нагрузкой 1;
- LL2 – траектория испытания предельной нагрузкой 2;
- LL3 – траектория испытания предельной нагрузкой 3;
- LL4 – траектория испытания предельной нагрузкой 4;
- LL5 – траектория испытания предельной нагрузкой 5;
- LP – точка нагрузки;
- MBG – испытание образца на заедание при свинчивании-развинчивании;
- MC – механический цикл;
- MT – образец материала для испытаний (проба);
- MU – свинчивание;
- OCTG – трубы нефтяного сортамента;
- OD – наружный диаметр;
- PBVMЕ – характеристики тела трубы по Мизесу;
- PF-BS – ниппельный конец с большой конусностью – раструбный конец с малой конусностью;
- PS-BF – ниппельный конец с малой конусностью – раструбный конец с большой конусностью;
- PTFE – политетрафторэтилен;
- SMYS – установленный минимальный предел текучести;
- TC – термический цикл;
- T&C – с резьбой и муфтой;
- TLE – область испытательных нагрузок;
- TS-A – испытание серии А;
- TS-B – испытание серии В;
- TS-C – испытание серии С;
- VME – эквивалентное напряжение по Мизесу;
- XH – предельно максимальный (высокий) диапазон натяга резьбы или уплотнения;

XL – предельно минимальный (низкий) диапазон натяга резьбы или уплотнения.

3.3 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

A^a – циклы в испытании серии А при температуре окружающей среды с использованием газа для внутреннего давления и жидкости для наружного давления; для CAL I с использованием жидкости для внутреннего давления;

A^e – циклы в испытании серии А при температуре 180 °С для CAL III и CAL IV с использованием газа для внутреннего давления и жидкости для наружного давления;

A_p – номинальная или средняя площадь поперечного сечения трубы; на основании D и d для номинального значения, D_{ave} и d_{ave} для среднего значения;

B^a – циклы в испытании серии В, без изгиба, при температуре окружающей среды с использованием газа для CAL II – CAL IV; для CAL I с использованием жидкости для внутреннего давления;

B^{a_b} – циклы в испытании серии В, с изгибом, при температуре окружающей среды с использованием газа для CAL II – CAL IV; для CAL I с использованием жидкости для внутреннего давления;

B^{e_b} – циклы в испытании серии В, с изгибом, с использованием газа при температуре 180 °С для CAL III и CAL IV, или при температуре 135 °С для CAL II;

C – осевое усилие сжатия;

CEE^{a_c} – сжатие оцениваемых характеристик резьбового соединения при нулевом давлении при температуре окружающей среды;

CEE^{a_t} – растяжение оцениваемых характеристик резьбового соединения при нулевом давлении при температуре окружающей среды;

D – номинальный наружный диаметр трубы;

D_{avg} – максимальный, из средних измеренных в установленных плоскостях наружных диаметров испытательного образца трубы;

D_i – внутренний диаметр трубы;

D_{leg} – эффективная степень прогиба, в градусах на 30 м;

D_o – наружный диаметр трубы;

d – номинальный внутренний диаметр трубы, на основании D и t ;

d_{avg} – средний внутренний диаметр испытательного образца трубы, на основании измерений D_{avg} и t_{avg} ;

d_{wall} – максимальный внутренний диаметр трубы на основании D и t_{min} или испытательного образца трубы на основании D_{avg} и t_{min} ;

E_r – абсолютная погрешность калибровки нагрузочного устройства;

$E_{гр}$ – относительная погрешность калибровки нагрузочного устройства, в процентах;

F_{CEPL} – нагрузка от давления на торце с заглушкой, действующая на резьбовое соединение;

F_a – общее осевое усилие растяжения или сжатия (сумма применяемых нагрузок: F_b, F_i, F_{CEPL});

F_b – эквивалентное осевое усилие изгиба;

F_c – сжимающая нагрузка в эталонных характеристиках тела трубы при нулевом давлении (одноосное сжатие);

F_f – фактическое осевое усилие растяжения или сжатия;

F_i – номинальное осевое усилие растяжения или сжатия;

F_t – растягивающая нагрузка в эталонных характеристиках тела трубы при нулевом давлении (одноосное растяжение);

f_{ymin} – установленный минимальный предел текучести материала;

I – момент инерции;

I_{max} – максимальный расчетный натяг между резьбой или элементами уплотнения, принятый на основании диаметров ниппельного и раструбного элементов и предельных отклонений;

I_{min} – минимальный расчетный натяг между резьбой или элементами уплотнения, принятый на основании диаметров ниппельного и раструбного элементов и предельных отклонений;

I_{range} – диапазон расчетного натяга между резьбой или элементами уплотнения, равный $I_{max} - I_{min}$;

K_{hc} – коэффициент масштабирования наружного давления для труб, стойких к смятию;

K_{temp} – коэффициент масштабирования для предела текучести при повышенной температуре;

k_{wall} (K_{wall}) – коэффициент, учитывающий установленное предельное отклонение толщины стенки трубы (равный 0,875 для предельного отклонения минус 12,5 %);

L_A – длина ниппельного элемента А от торца муфты (или торца раструбного элемента) до торцевой заглушки или захвата;

L_B – длина ниппельного элемента В от торца муфты (или торца раструбного элемента) до торцевой заглушки или захвата;

L_C – длина муфты или раструбного соединения, если они неразъемные;

L_D – длина от торца неразъемного раструбного элемента до плоскости измерения

участка 5 на патрубке А;

L_{MA} – длина между плоскостями измерения участков 1 и 5 на патрубке А;

L_{MB} – длина между плоскостями измерения участков 1 и 5 на патрубке В;

L_{pj} – минимальная межопорная длина патрубка;

P_d – давление в эталонных характеристиках тела трубы при нулевой осевой нагрузке (одноосевое внутреннее давление);

p_c – давление смятия по API для номинального наружного диаметра, толщины стенки и минимального предела текучести (см. ISO/TR 10400:2018);

Примечание – В ISO/TR 10400:2018 см. раздел 8, который касается сопротивления наружному давлению.

p_i – внутреннее давление;

p_{ib} – внутреннее давление с изгибающей нагрузкой;

p_o – наружное давление;

q_{ac} – фактическая фиксируемая скорость утечки;

q_o – наблюдаемая скорость утечки;

R – радиус кривизны тела трубы на оси трубы;

T – осевое усилие растяжения;

t – номинальная толщина стенки трубы;

t_{avg} – измеренная средняя толщина стенки трубы испытательного образца;

t_{min} – минимальная толщина стенки трубы;

η_{lds} – эффективность системы выявления утечек;

σ – напряжение;

σ_a – осевое напряжение без изгиба;

σ_{ab} – осевое напряжение с изгибом;

σ_b – осевое напряжение вследствие изгиба;

σ_c – предел текучести в осевом направлении при сжатии (при наличии), в обратном случае предел текучести в осевом направлении при растяжении;

σ_e – эквивалентное напряжение;

σ_h – окружное (тангенциальное) напряжение;

σ_{ho} – окружное (тангенциальное) напряжение по наружному диаметру;

σ_r – радиальное (нормальное) напряжение;

σ_{ro} – радиальное (нормальное) напряжение по наружному диаметру;

σ_t – предел текучести в поперечном направлении при растяжении (при наличии), в обратном случае предел текучести в осевом направлении при растяжении;

σ_{tc} – установленный предел текучести в поперечном направлении при сжатии

(при наличии), в обратном случае предел текучести в осевом направлении при растяжении;

σ_y – предел текучести в осевом направлении при растяжении.

4 Общие требования

4.1 Общая информация

Настоящее приложение состоит из следующих основных частей:

a) в разделах 4 – 8 приведены требования и процедуры по проведению испытаний резьбовых соединений, основанные на данных о резьбовых соединениях, поставляемых изготовителем;

b) в приложении А даны требования для листа технических требований к резьбовым соединениям изготовителя и информационные листы испытательных образцов;

c) в приложении В приведены формы, необходимые для представления данных, собранных во время испытаний;

d) в приложении С приведена информация, указываемая в полном протоколе испытаний (также см. раздел 9);

e) в приложении D приведены методология расчета и примеры эталонных характеристик тела трубы, TLE, и точки приложения испытательных нагрузок;

f) в приложении E приведен пример калибровки нагрузочного устройства;

g) в приложении F приведены рекомендации по оценке группы резьбовых соединений;

h) в приложении G приведены рекомендации по проведению дополнительных испытаний, которые можно использовать в особых условиях эксплуатации.

4.2 Схема испытания резьбовых соединений

Схемы испытаний резьбовых соединений для каждого образца изображены на рисунках, на которых определены траектории испытаний. Характеристика образца (см. рисунок 1), эталонные характеристики тела трубы и CEE (см. рисунок 2), TLE и схемы испытательных нагрузок (см. рисунок 3) разрабатываются отдельно для каждого испытательного образца. Определение характеристик материала осуществляется согласно 5.5. Определение эталонных характеристик тела трубы, CEE, TLE и схем испытательных нагрузок осуществляется согласно 7.3.

П р и м е ч а н и е – В настоящем разделе предполагается, что муфта или раструбный конец не являются слабыми элементами соединительного узла.

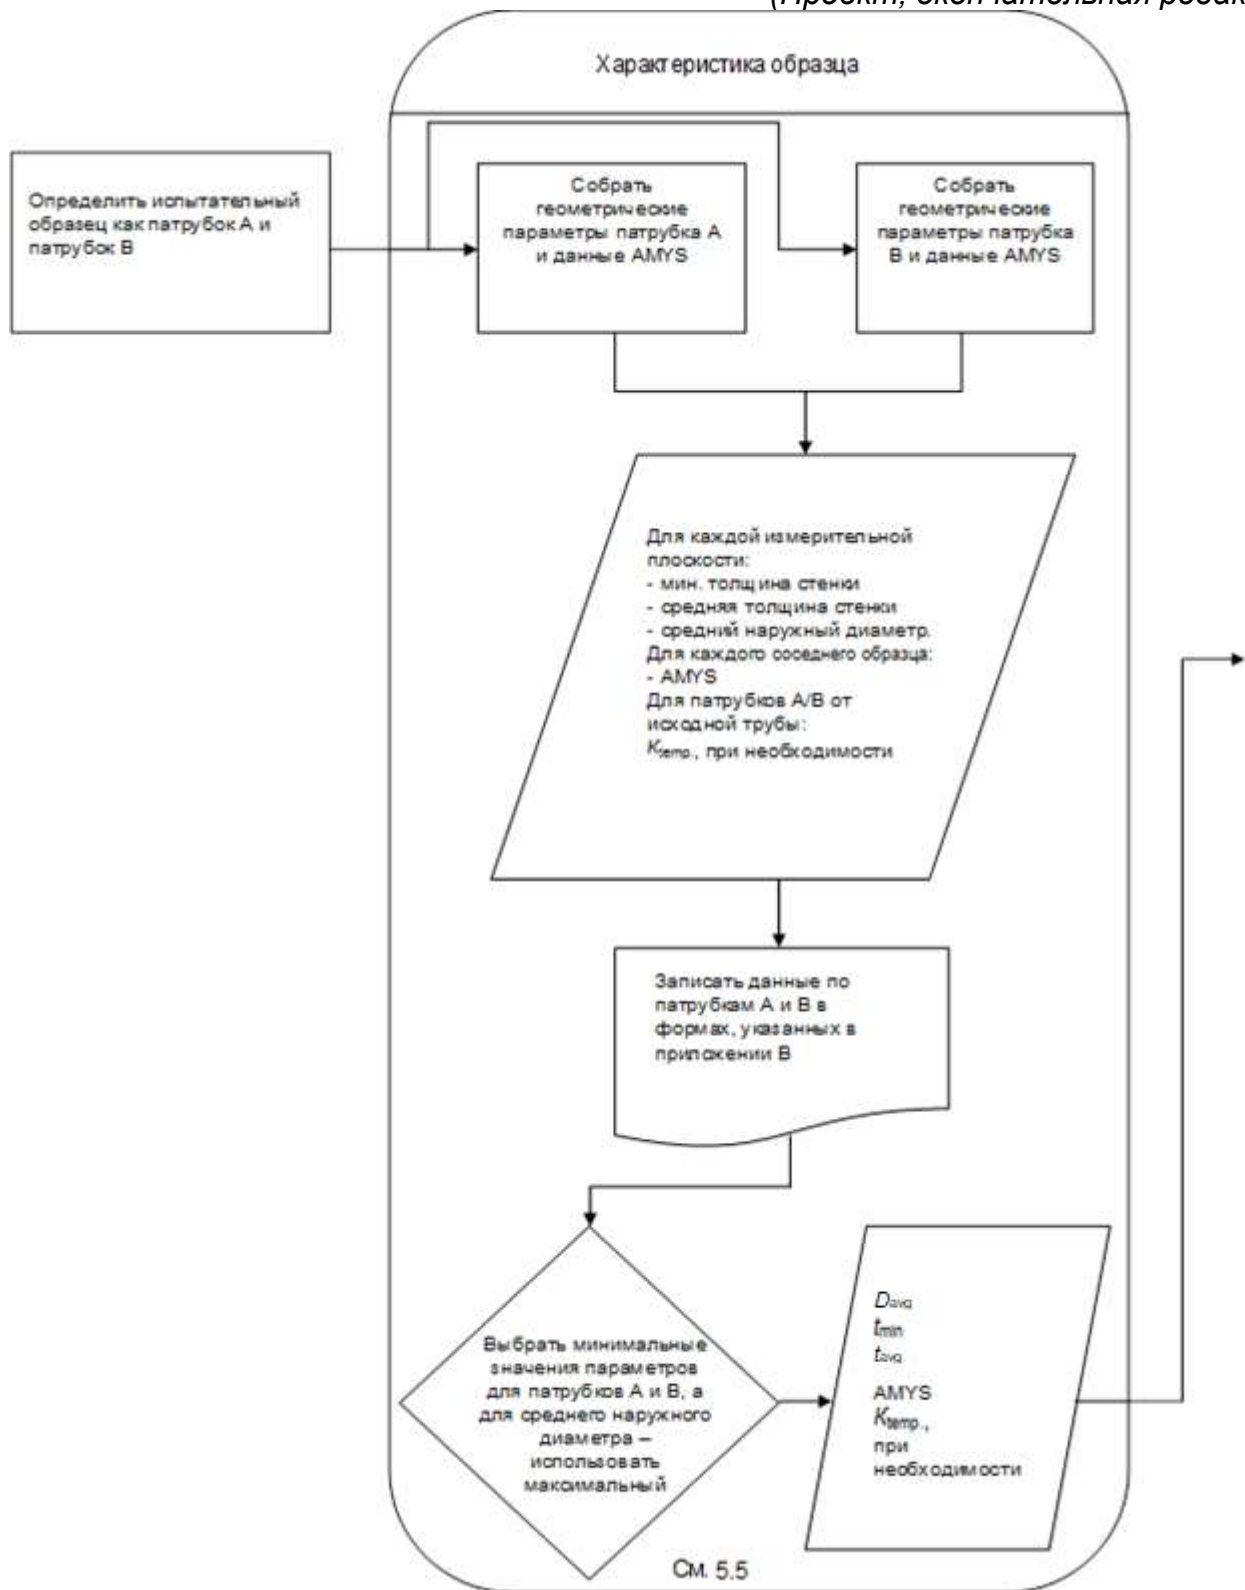


Рисунок 1 – Схема определения исходных параметров, используемых для создания эталонных характеристик тела трубы для испытательного образца

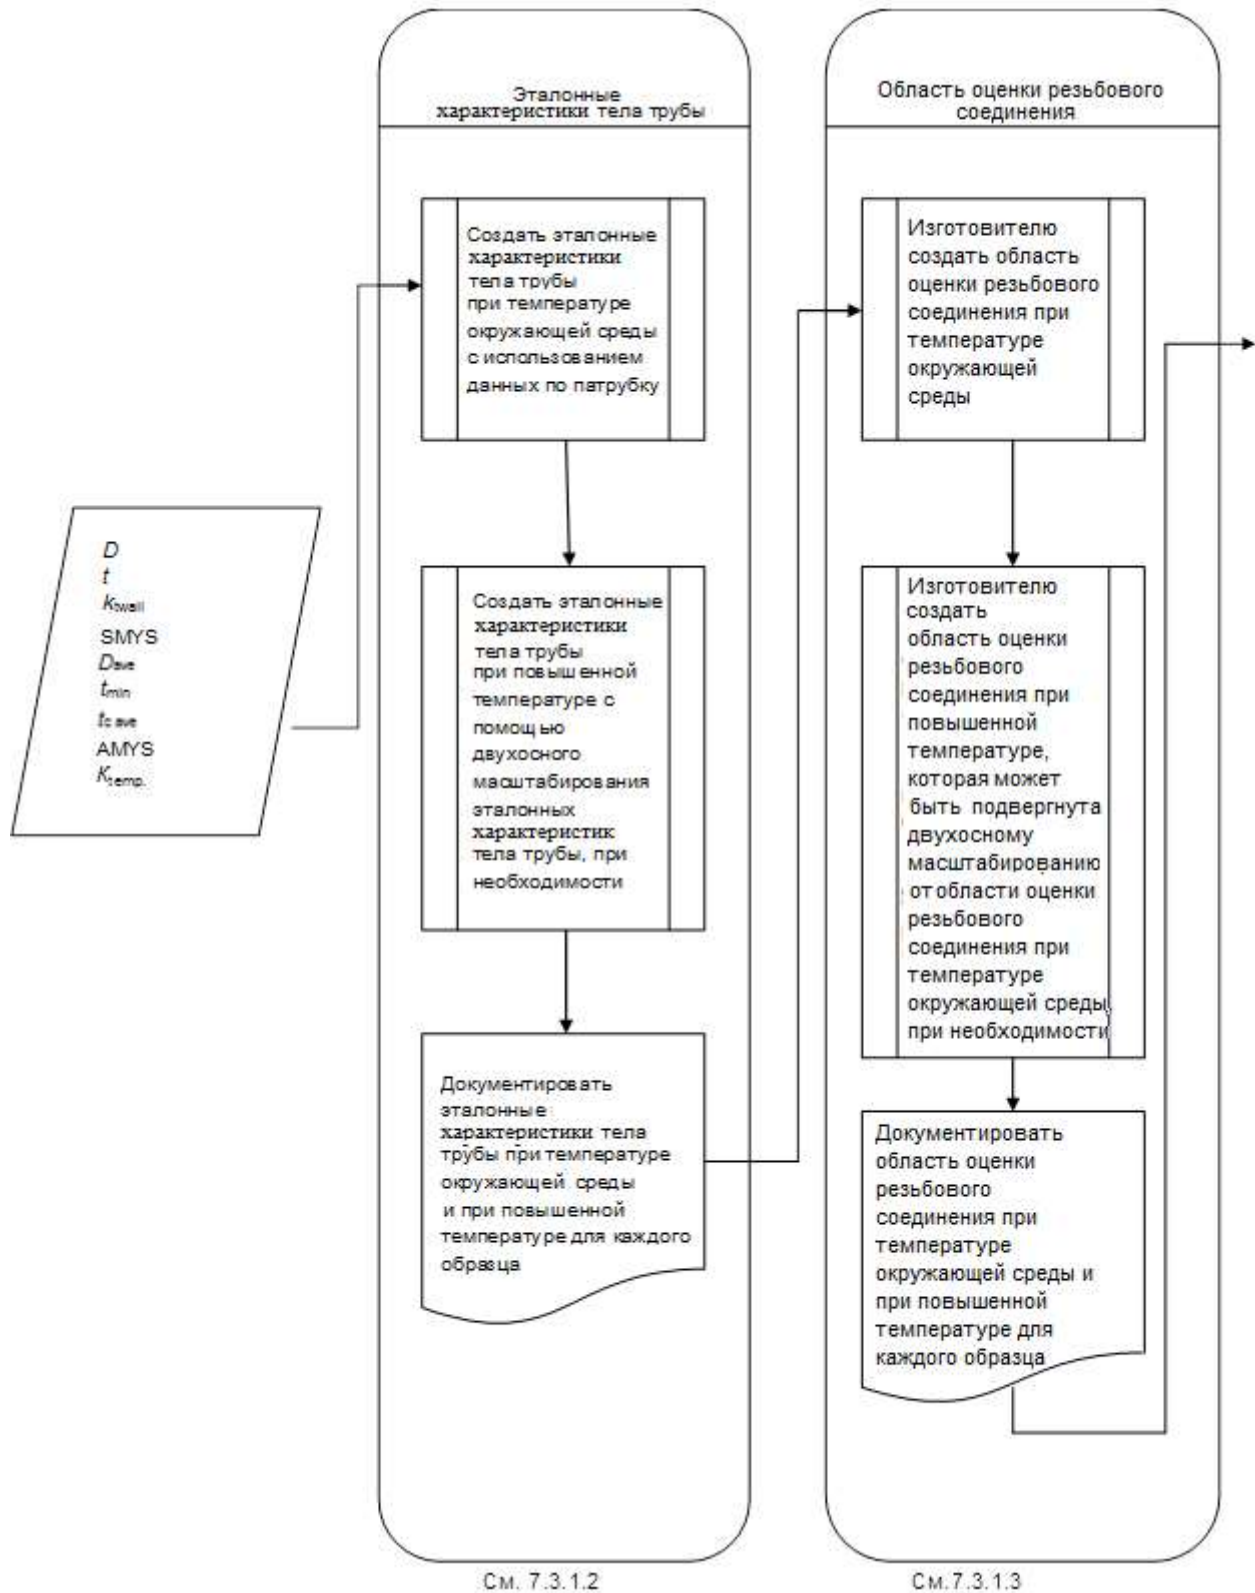


Рисунок 2 – Схема определения эталонных характеристик тела трубы при температуре окружающей среды и при повышенной температуре, и области оценки резьбового соединения для испытательного образца

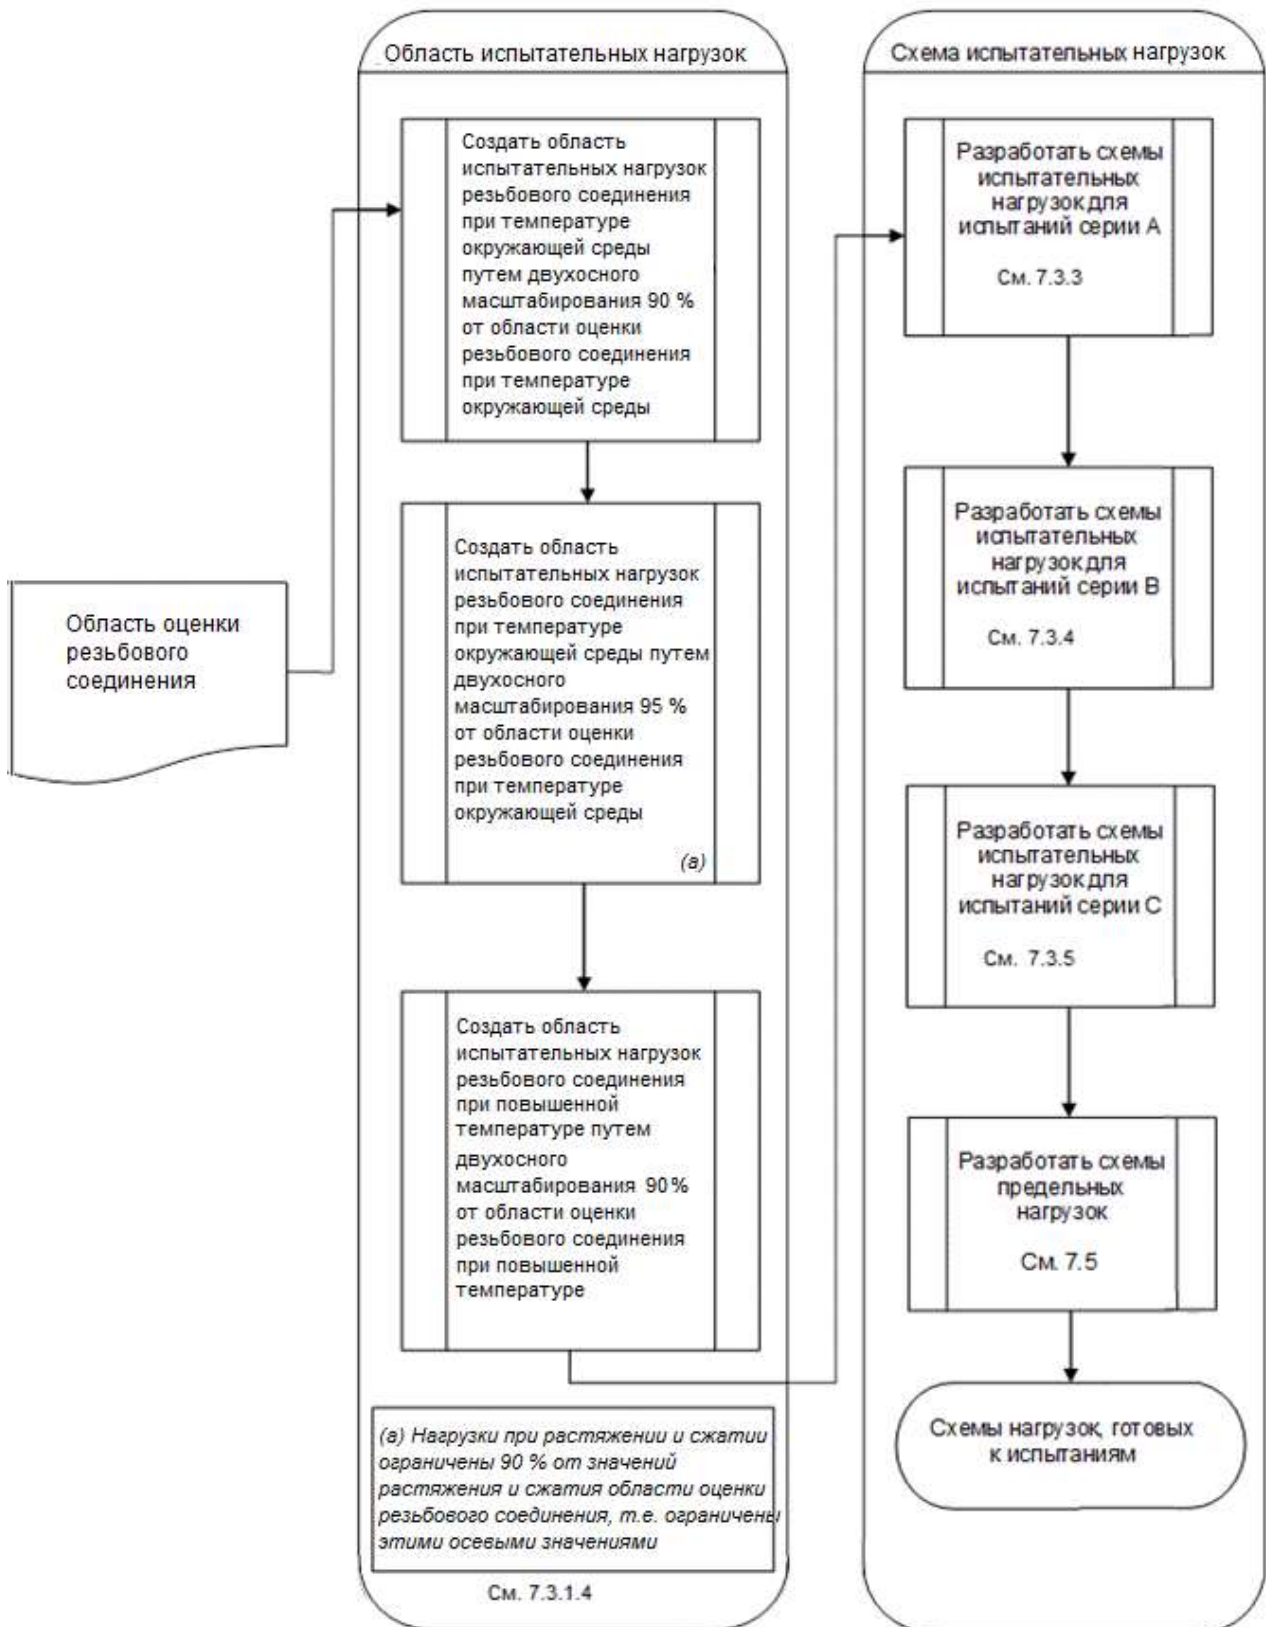


Рисунок 3 – Схема определения области испытательных нагрузок при температуре окружающей среды и повышенной температуре и схемы испытательных нагрузок для испытательного образца

4.3 Лист технических требований к резьбовому соединению и информационный лист на испытательный образец

Перед началом испытаний изготовитель должен представить план испытаний. План испытаний должен содержать технические требования с указанием предполагаемого уровня применения резьбового соединения и эксплуатационные характеристики резьбового соединения, а также информационный лист резьбового соединения с указанием заявленных минимальных эксплуатационных характеристик, таких как растяжение, сжатие, внутреннее давление, наружное давление, изгиб и крутящий момент, в зависимости от минимальных эксплуатационных характеристик тела трубы по API при заданном минимальном пределе текучести, заданном наружном диаметре, заданной толщине стенки и минимальной толщине стенки (см. таблицу A.1 для листа технических требований к резьбовому соединению). Изготовитель должен представить чертеж площади поперечного сечения резьбового соединения, техническую документацию, необходимую для изготовления и контроля, а также параметры свинчивания резьбового соединения и процедуры по ремонту. Дополнительно, изготовитель должен определить особые характеристики тела трубы, например, 90 % минимальной номинальной толщины стенки, высокое давление смятия или контролируемый предел текучести, которые требуются для оценки резьбового соединения.

Для каждого испытательного образца изготовитель должен представить информационный лист на испытательный образец, а также следующие изображения в двухмерной графической форме, как для испытаний при температуре окружающей среды, так и при повышенной температуре:

- a) эталонные характеристики тела трубы (график VME с соответствующими кривыми давления смятия);
- b) СЕЕ (многоугольной или иной формы, представленная в тех же осях и масштабе, что и эталонные характеристики тела трубы);
- c) TLE (область испытательных нагрузок).

Для получения СЕЕ следует использовать метод расчета, применяемый изготовителем. СЕЕ должна включать требуемые точки СЕЕ, указанные в таблице 7. Для определения СЕЕ можно использовать эксплуатационные характеристики. Область испытательных нагрузок TLE должна быть получена путем двухосного масштабирования в процентном выражении (80 %, 90 %, 95 % или 100 %, в зависимости от того, что применимо) от СЕЕ, должна включать требуемые точки нагрузки, указанные в таблице 7, и использоваться для расчета в схемах испытательных нагрузок.

Изготовитель должен определить предельные нагрузки для каждого испытательного образца (см. 7.4 и 7.5).

При расчете эталонных характеристик тела трубы и СЕЕ настоящий стандарт предполагает проведение испытания каждого образца по возможности при наиболее высокой нагрузке или комбинации нагрузок, допустимых с точки зрения безопасности.

4.4 Контроль качества

Процедуры контроля качества при изготовлении испытательных образцов должны быть документированы и должны соответствовать процедурам, используемым для резьбовых соединений, изготавливаемых для реальной эксплуатации в скважине. Изготовитель должен обеспечить изготовление резьбовых соединений для испытаний по настоящему стандарту той же конструкции, с теми же размерами и предельными отклонениями размеров (см. 6.5), что и резьбовые соединения, поставляемые для реальной эксплуатации в скважине. Изготовитель резьбовых соединений должен оформить сертификат соответствия и разработать план контроля технологического процесса, включающий номер(а) чертежа(ей) и уровни пересмотра применяемых документов промежуточного уровня (например, на изготовление, калибровку измерительного инструмента, процедуру измерения, обработку поверхности (тип и/или толщина), резьбовую смазку (тип и количество или другие количественные показатели) и свинчивание). В процессе изготовления испытательных образцов должны применяться эти и любые другие процедуры, которые необходимы для обеспечения соответствия продукции требованиям эксплуатации в полевых условиях (см. А.1.6).

4.5 Безопасность стендовых испытаний

При проведении испытаний по настоящему стандарту могут применяться нагрузки, близкие к фактическому диапазону предела текучести испытательного образца. Испытания могут привести к выходу из строя испытательного образца или отказу оборудования. В целях безопасности, следует принимать во внимание следующее:

а) специальные вкладыши:

- 1) испытательные образцы, подвергаемые внутреннему давлению, должны иметь специальные вкладыши для снижения объема сжатой испытательной среды, что позволит уменьшить энергию, которая выделилась бы в случае катастрофического отказа;
- 2) специальные вкладыши должны быть непроницаемыми для испытательной среды (газа или жидкости) и не должны захватывать или задерживать испытательную среду, находящуюся под давлением.

Размеры специальных вкладышей следует рассчитать таким образом, чтобы значительно уменьшить внутренний объем образца, но при этом не должно быть механического взаимодействия с образцом при его деформации во время проведения испытаний;

3) специальные вкладыши, расположенные в пределах резьбового соединения испытательного образца, должны быть радиально позиционированы таким образом, чтобы обеспечить минимальный контакт с внутренним диаметром резьбового соединения (D_i). Специальные вкладыши должны доходить (не контактируя с внутренним диаметром резьбового соединения), как минимум, до половины диаметра трубы за пределами торца муфты и конца ниппеля для неразъемного соединения, или за пределы торца обоих концов муфты для муфтового соединения, и центрированы по длине резьбового соединения;

b) защитная оболочка испытательного образца:

1) нагрузочные устройства и сосуды под давлением должны иметь достаточное количество защитных оболочек, чтобы сдерживать утечки жидкости или газа под высоким давлением, возникающих в результате испытаний или разрушения испытательного образца;

2) испытание наружным давлением при повышенной температуре на выявление утечек должно проходить в закрытой системе, чтобы предотвратить небезопасные утечки горячей жидкости;

3) испытания в квадрантах II и III потенциально имеют высокое напряжение при сжатии, которое может привести к повреждению нагрузочного устройства. Рекомендуется использовать противоударное оборудование;

c) испытательная среда:

1) во время испытаний при повышенных температурах для минимизации возможности возникновения пожара следует использовать негорючие материалы, жидкости с температурой возгорания, превышающей предельные температуры испытаний, а также термостойкие материалы;

2) во время испытаний на предельную нагрузку испытательная среда должны быть жидкой;

d) пожарная безопасность: при стендовых испытаниях должны быть разработаны правила техники безопасности, которые описывают действия в случае пожара.

5 Общие требования к испытаниям

5.1 Программы испытаний

5.1.1 Общие положения

Данные об эксплуатационных характеристиках резьбовых соединений получают в ходе испытаний. Применяют четыре программы испытаний или 4 уровня оценки резьбовых соединений (CAL). Разрабатывают все более сложные программы испытаний, соответствующие возрастающим механическим нагрузкам при эксплуатации резьбовых соединений. Повышение сложности испытаний по разным программам достигается путем увеличения количества испытываемых характеристик и количества испытательных образцов резьбового соединения.

Приложение испытательных нагрузок в каждом из четырех квадрантов (QI, QII, QIII и QIV) определяет эксплуатационные характеристики резьбового соединения, зависящие от траектории приложения нагрузки. Способ испытаний в четырех квадрантах предназначен для повышения эффективности программы испытаний; однако, программа может не учитывать нагрузку на отдельное резьбовое соединение. Это связано с тем, что ни одно резьбовое соединение, используемое в колонне обсадных или насосно-компрессорных труб, не будет испытывать высоких эксплуатационных нагрузок как в верхней, так и в нижней части колонны. Программы испытаний, которые применяют реальные комбинации нагрузок, учитывающие эксплуатацию отдельно в верхней или в нижней части колонн, могут представить более достоверные результаты испытаний для определения эксплуатационных характеристик резьбовых соединений в тех случаях, где на резьбовые соединения влияет эта зависимость от траектории приложения нагрузки. При применении настоящего стандарта необходимо применять надлежащую техническую оценку при разработке и применении указанных программ испытаний, а также при оценке результатов испытаний.

Программы испытаний не охватывают все возможные условия эксплуатации. Например, не рассматривается присутствие коррозионной среды, которая может существенно повлиять на эксплуатационные характеристики резьбового соединения.

При применении настоящего стандарта следует установить требуемый уровень оценки резьбового соединения CAL, исходя из конкретных требований эксплуатации. Специалисты, использующие резьбовое соединение, должны знать установленный уровень его оценки, область испытательных нагрузок и предельные нагрузки.

Установлены следующие уровни оценки резьбовых соединений CAL:

а) CAL IV (пять образцов) – самая высокая сложность испытаний.

Условия испытаний CAL IV предусматривают нагружение резьбового соединения циклическими испытательными нагрузками, зависящими от условий эксплуатации, включая внутреннее давление, наружное давление, растяжение, сжатие и изгиб при температуре окружающей среды и при повышенной температуре. Общее суммарное время выдержки составляет приблизительно 238 ч. При CAL IV резьбовое соединение подвергают интенсивной термической нагрузке при повышенной температуре 180 °С. Испытания при предельных нагрузках проводят до разрушения в квадрантах I, II, и III диаграммы осевая нагрузка-давление.

б) CAL III (пять образцов) – значительная сложность испытаний.

Как и при CAL IV, условия испытаний CAL III предусматривают нагружение резьбового соединения циклическими испытательными нагрузками, зависящими от условий эксплуатации, включая внутреннее давление, наружное давление, растяжение, сжатие и изгиб при температуре окружающей среды и при повышенной температуре. При CAL III резьбовое соединение подвергают менее жесткому термическому циклическому воздействию, чем при CAL IV. Общее суммарное время выдержки составляет приблизительно 185 ч. Требования к повышенной температуре остаются на уровне 180 °С. Испытания при предельных нагрузках проводят до разрушения в квадрантах I, II и III диаграммы осевая нагрузка-давление.

в) CAL II (три образца) – умеренная сложность испытаний.

Условия испытаний CAL II предусматривают нагружение резьбового соединения циклическими испытательными нагрузками, зависящим от условий эксплуатации, включая внутреннее давление, растяжение, сжатие и изгиб при температуре окружающей среды и при повышенной температуре. Наружное давление определяют только при температуре окружающей среды при сокращенном количестве циклов. Температура испытания на внутреннее давление ограничена 135 °С. Испытания при предельных нагрузках проводят до разрушения в квадрантах I и II диаграммы осевая нагрузка-давление. Общее суммарное время выдержки составляет приблизительно 80 ч.

г) CAL I (два образца) – легкая сложность испытаний.

Условия испытаний CAL I предусматривают испытания на внутреннее давление при растяжении, сжатии и изгибе при температуре окружающей среды с одним испытательным образцом, при которых используют жидкость или газ в качестве внутренней нагнетательной среды. Наружное давление определяется при температуре окружающей среды при сокращенном количестве циклов. Испытание при предельных

нагрузках проводят до разрушения в квадранте I диаграммы осевая нагрузка-давление. Общее суммарное время выдержки составляет приблизительно 20 ч.

5.1.2 Предыдущие испытания

Испытания для каждого CAL, требуемые настоящим стандартом, более сложные, чем испытания, проведенные до введения настоящего стандарта. Ранее испытанные резьбовые соединения должны сохранять тот же уровень оценки CAL и редакцию, по которой они успешно прошли испытания. Использованный протокол испытаний и дата использованного протокола должны быть указаны в отчете об испытаниях (см. приложение С). Результаты испытаний резьбовых соединений, полученные до введения настоящего стандарта, могут быть использованы в рамках процесса проверки конструкции или преемственности проведенных испытаний.

5.1.3 Альтернативные испытания и отклонения от условий испытания

Можно выбрать программу альтернативных испытаний для приведения в соответствие с проектными методами заказчика, необходимо рассмотреть дополнительные свойства и характеристики резьбового соединения, или только исследовать характеристики до предела, требуемого для специальной области применения (испытание на «проектные нагрузки»). Программы альтернативных испытаний могут использовать значительную часть настоящего стандарта в качестве основы или могут существенно отличаться. Программы альтернативных испытаний могут соответствовать программам испытаний по настоящему стандарту для оценки пригодности резьбового соединения. Однако программы альтернативных испытаний не считают испытаниями, соответствующими настоящему стандарту, даже если они используют часть данной программы в качестве основы.

Некоторые из программ испытаний по настоящему стандарту могут быть достаточными для подтверждения применимости резьбовых соединений для конкретных условий эксплуатации, без проведения всей программы испытаний. Такие случаи могут иметь место при наличии соответствующего опыта и результатов других испытаний, например, резьбовых соединений другого размера, веса, группы прочности. Допускаются отклонения от установленных программ испытаний при соблюдении следующих условий:

- a) планируемые отклонения заранее оговорены в документации;
- b) отклонения согласованы между заинтересованными сторонами;
- c) отклонения указаны в полном отчете по испытаниям.

Вопросы аттестации серии изделий и использования при этом интерполяции и экстраполяции приведены в приложении F. По согласованию между заказчиком и

изготовителем могут быть установлены более строгие требования к приемке, чувствительности и (или) к представлению расширенных информационных данных.

5.2 Матрица испытаний

В таблице 1 приведена матрица, связывающая CAL с общим количеством испытательных образцов, их идентификационными номерами и видами проводимых испытаний. На рисунках 4 – 7 приведено графическое представление каждой программы испытаний CAL, и их следует читать и выполнять сверху вниз.

Т а б л и ц а 1 – Матрица испытаний, серии испытаний на герметичность и идентификационные номера образцов

Уровень оценки резьбового соединения	Серия А: 4 квадранта с механическим и циклами (см. 7.3.3)	Серия А циклы QI-QIII (см. 7.3.3)	Серия В: 2 квадранта с механическими циклами (см. 7.3.4)	Серия С: термические циклы Термические циклы, нагрузка давлением и растяжением (см. 7.3.5)	Нагрев и испытания при повышенной температуре	Испытательная среда для создания внутреннего давления (для наружного давления используется жидкость)
CAL IV Общее количество образцов для испытания на герметичность 4	При температуре окружающей среды и при 180 °С	QI при температуре до 65 °С включ. QIII при 180 °С	Изгиб выполняется при температуре окружающей среды и при 180 °С	10 термических циклов с давлением/растяжением 5 механических циклов при температуре до 35 °С включ.	Нагрев 180 °С Испытание 180 °С	Газ
	Образцы 1, 2, 3, 4	Образцы 1, 2, 3, 4	Образцы 1, 2, 3, 4	Образцы 1, 2, 3, 4		
CAL III Общее количество образцов для испытания на герметичность 4	При температуре окружающей среды и при 180 °С	Не применимо	Изгиб выполняется при температуре окружающей среды и при 180 °С	10 термических циклов с давлением/растяжением 5 механических циклов при температуре до 35 °С включ.	Нагрев 180 °С Испытание 180 °С	Газ
	Образцы 1, 4		Образцы 1, 2, 3, 4	Образцы 1, 4		
CAL II Общее количество образцов для испытания на герметичность 2	При температуре окружающей среды (уменьшенное количество циклов)	Не применимо	Изгиб выполняется при температуре окружающей среды и при 135 °С	Не применимо	Нагрев 135 °С Испытание 135 °С	Газ
	Образец 1		Образцы 1, 4			
CAL I Общее количество образцов для испытания на герметичность 1	При температуре окружающей среды (уменьшенное количество циклов)	Не применимо	Изгиб, выполняется при температуре окружающей среды и при 135 °С	Не применимо	Нагрев 135 °С Только нагрев	Газ или жидкость
	Образец 1		Образец 1			

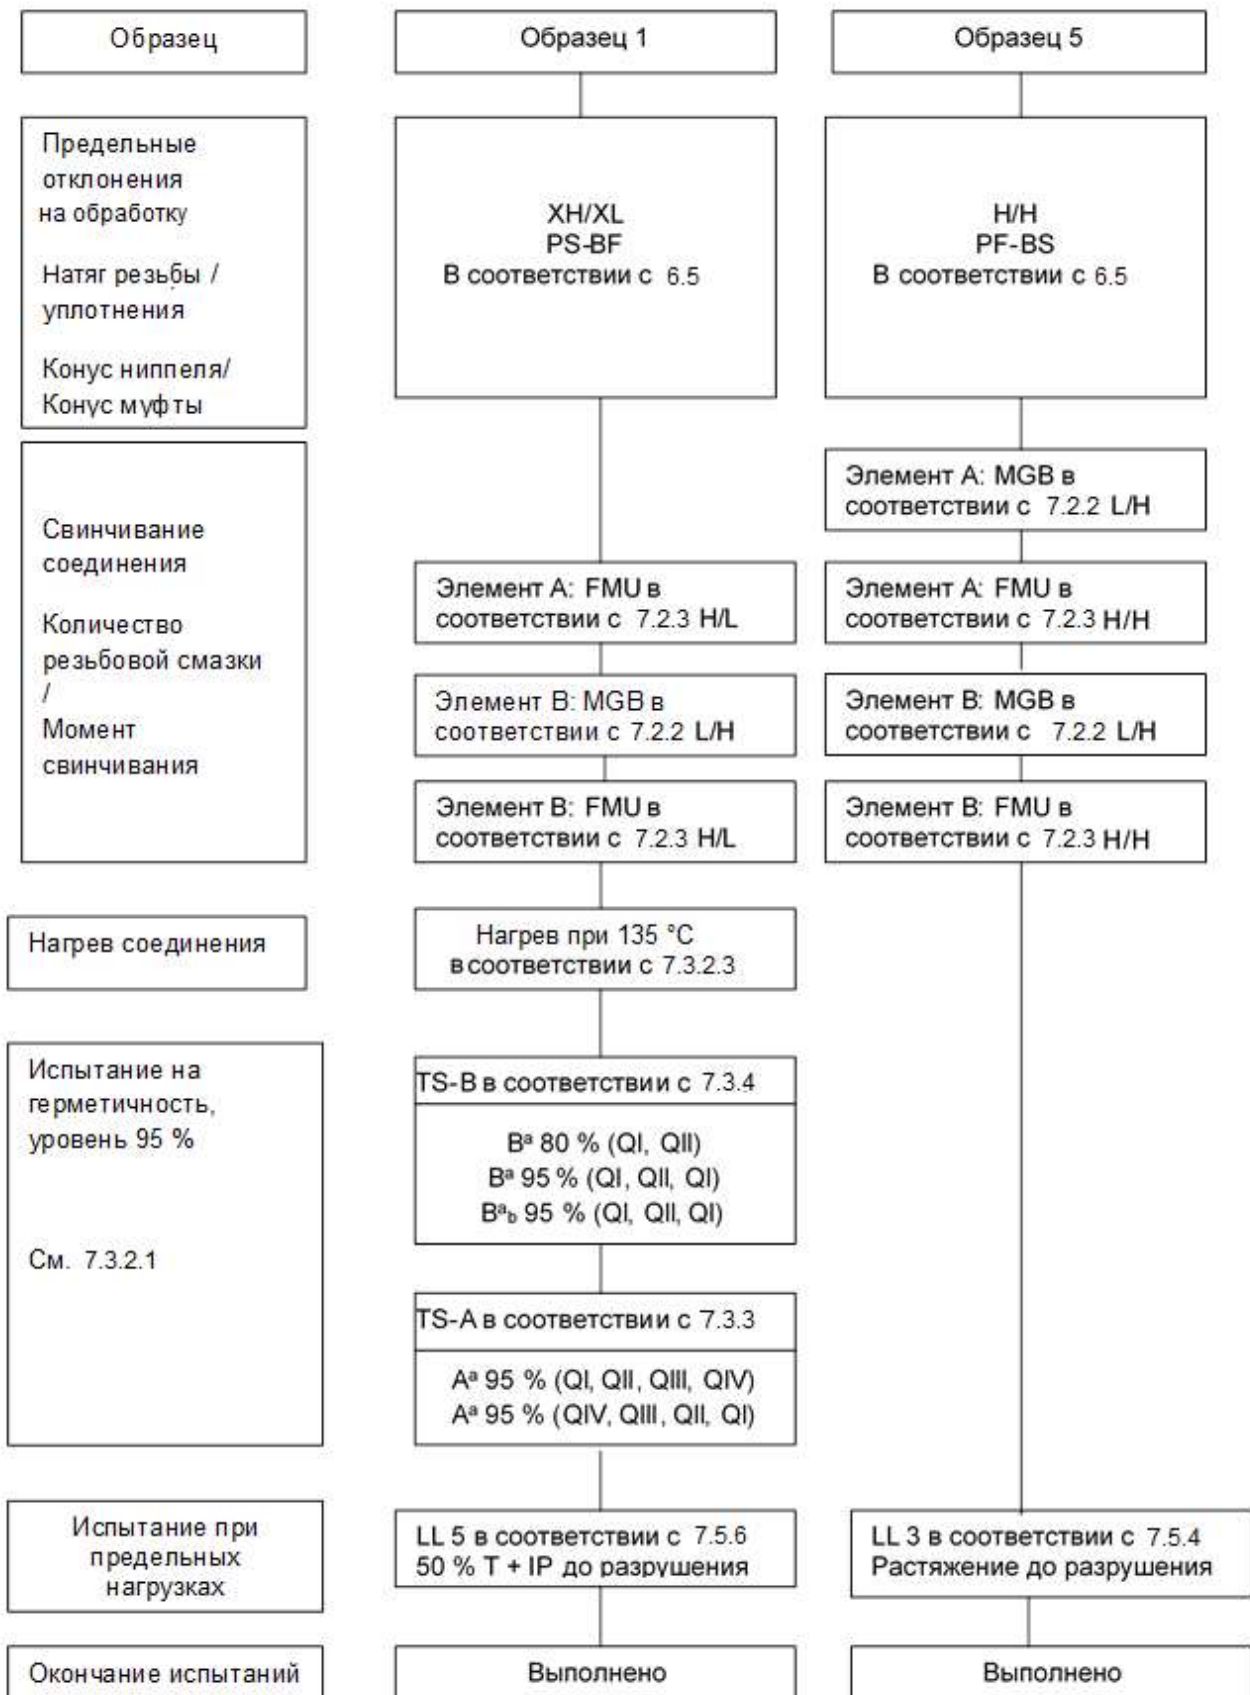


Рисунок 4 – Требования и порядок испытаний при CAL I

ГОСТ ISO 13679 – 20
(Проект, окончательная редакция)

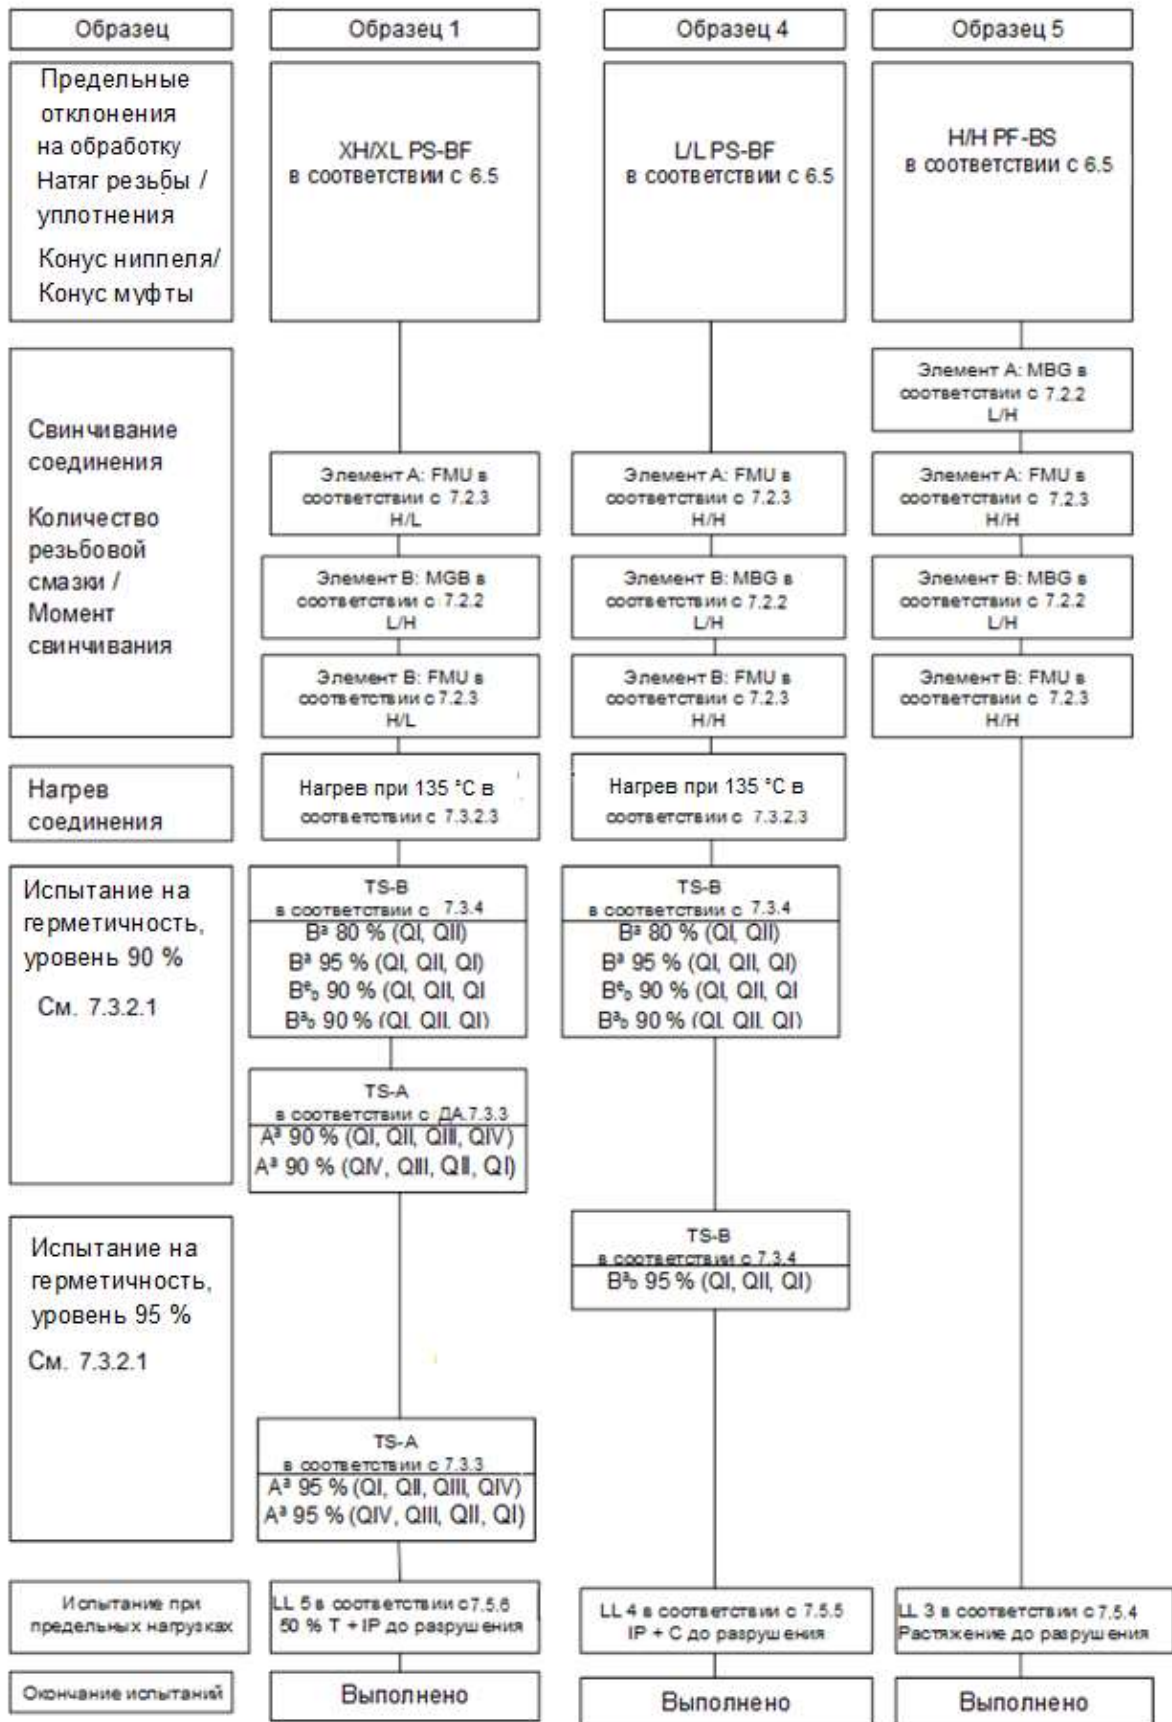


Рисунок 5 – Требования и порядок испытаний при CAL II

Образец	Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4	Образец 5
Предельные отклонения на обработку Натяг резьбы / уплотнения Конус ниппеля / Конус муфты	XH/XL PS-BF в соответствии с 6.5	XH/XL PS-BF в соответствии с 6.5	L/H PF-BS в соответствии с 6.5	L/L PS-BF в соответствии с 6.5	H/H PF-BS в соответствии с 6.5
Свинчивание соединения Количество резьбовой смазки / Момент свинчивания	Элемент А: FMU в соответствии с 7.2.3 H/L Элемент В: MGB в соответствии с 7.2.2 L/H Элемент В: FMU в соответствии с 7.2.3 H/L	Элемент А: FMU в соответствии с 7.2.3 H/L Элемент В: FMU в соответствии с 7.2.3 H/L	Элемент А: MBG в соответствии с 7.2.2 L/H Элемент А: FMU в соответствии с 7.2.3 H/H Элемент В: FMU в соответствии с 7.2.3 H/H	Элемент А: FMU в соответствии с 7.2.3 H/H Элемент В: MBG в соответствии с 7.2.2 L/H Элемент В: FMU в соответствии с 7.2.3 H/H	Элемент А: MBG в соответствии с 7.2.2 Элемент А: FMU в соответствии с 7.2.3 Элемент В: MBG в соответствии с 7.2.2 L/H Элемент В: FMU в соответствии с 7.2.3 H/H
Нагрев соединения	Нагрев при 180 °С в соответствии с 7.3.2.3	Нагрев при 180 °С в соответствии с 7.3.2.3	Нагрев при 180 °С в соответствии с 7.3.2.3	Нагрев при 180 °С в соответствии с 7.3.2.3	
Испытание на герметичность уровень 90 % См. 7.3.2.1	TS-B в соответствии с 7.3.4 B* 80 % (QI, QII) B* 95 % (QI, QII, QI) B* 90 % (QI, QII, QI) R* 90 % (QI, QII, QI)	TS-B в соответствии с 7.3.4 B* 80 % (QI, QII) B* 95 % (QI, QII, QI) B* 90 % (QI, QII, QI) R* 90 % (QI, QII, QI)	TS-B в соответствии с 7.3.4 B* 80 % (QI, QII) B* 95 % (QI, QII, QI) B* 90 % (QI, QII, QI)	TS-B в соответствии с 7.3.4 B* 80 % (QI, QII) B* 95 % (QI, QII, QI) B* 90 % (QI, QII, QI) B* 90 % (QI, QII, QI)	
Испытание на герметичность уровень 95 % См. 7.3.2.1	TS-A в соответствии с 7.3.3 A* 95 % (QI, QII, QIII, QIV) A* 95 % (QIV, QII, QI, QI)	TS-A в соответствии с 7.3.3 A* 95 % (QI, QII, QIII, QIV) A* 95 % (QIV, QIII, QII, QI)	TS-A в соответствии с 7.3.3 A* 95 % (QI, QII, QIII, QIV) A* 95 % (QIV, QII, QI, QI)	TS-A в соответствии с 7.3.3 A* 95 % (QI, QII, QIII, QIV) A* 95 % (QIV, QII, QII, QI)	
Испытание при предельных нагрузках	LL 5 в соответствии с 7.5.6 50 % T + IP до разрушения	LL 4 в соответствии с 7.5.5 IP + C до разрушения	LL 1 в соответствии с 7.5.2 Выше IP + T до разрушения	LL 2 в соответствии с 7.5.3 50 % C + EP до разрушения	LL 3 в соответствии с 7.5.4 Растяжение до разрушения
Окончание испытаний	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено

Рисунок 6 – Требования и порядок испытаний при CAL III

ГОСТ ISO 13679 – 20
(Проект, окончательная редакция)

Образец	Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4	Образец 5
Предельные отклонения на обработку Натяг резьбы / уплотнения Конус ниппеля / Конус муфты	XH/XL PS-BF в соответствии с 6.5	XH/XL PS-BF в соответствии с 6.5	L/H PF-BS в соответствии с 6.5	L/L PS-BF в соответствии с 6.5	H/H PF-BS в соответствии с 6.5
Свинчивание соединения Количество резьбовой смазки / Момент свинчивания	Элемент А: FMU в соответствии с 7.2.3 H/L Элемент В: MGB в соответствии с 7.2.2 L/H Элемент В: FMU в соответствии с 7.2.3 H/L	Элемент А: FMU в соответствии с 7.2.3 H/L Элемент В: FMU в соответствии с 7.2.3 H/L	Элемент А: MGB в соответствии с 7.2.2 L/H Элемент А: FMU в соответствии с 7.2.3 H/H Элемент В: FMU в соответствии с 7.2.3 H/H	Элемент А: FMU в соответствии с 7.2.3 H/H Элемент В: MGB в соответствии с 7.2.2 L/H Элемент В: FMU в соответствии с 7.2.3 H/H	Элемент А: MGB в соответствии с 7.2.2 L/H Элемент А: FMU в соответствии с 7.2.3 H/H Элемент В: MGB в соответствии с 7.2.2 L/H Элемент В: FMU в соответствии с 7.2.3 H/H
Нагрев соединения	Нагрев при 180 °С в соответствии с 7.3.2.3	Нагрев при 180 °С в соответствии с 7.3.2.3	Нагрев при 180 °С в соответствии с 7.3.2.3	Нагрев при 180 °С в соответствии с 7.3.2.3	
Испытание на герметичность уровень 90 % См. 7.3.2.1	TS-B в соответствии с 7.3.4 B* 80 % (QI, QII) B* 95 % (QI, QII, QI) B* 90 % (QI, QII, QI) B* 90 % (QI, QII, QI)	TS-B в соответствии с 7.3.4 B* 80 % (QI, QII) B* 95 % (QI, QII, QI) B* 90 % (QI, QII, QI) B* 90 % (QI, QII, QI)	TS-B в соответствии с 7.3.4 B* 80 % (QI, QII) B* 95 % (QI, QII, QI) B* 90 % (QI, QII, QI)	TS-B в соответствии с 7.3.4 B* 80 % (QI, QII) B* 95 % (QI, QII, QI) B* 90 % (QI, QII, QI) B* 90 % (QI, QII, QI)	
	TS-C в соответствии с 7.3.5 10 тепловых циклов 5 механических	TS-C в соответствии с 7.3.5 10 тепловых циклов 5 механических	TS-C в соответствии с 7.3.5 10 тепловых циклов 5 механических	TS-C в соответствии с 7.3.5 10 тепловых циклов 5 механических	
	TS-A в соответствии с 7.3.3 A* 90 % (QI, QII, QIII, QIV) A* 90 % (QIV, QIII, QII, QI) 90 % 5 QI – QIII Циклы A* 90 % (QI, QII, QIII, QIV) A* 90 % (QIV, QIII, QII, QI)	TS-A в соответствии с 7.3.3 A* 90 % (QI, QII, QIII, QIV) A* 90 % (QIV, QIII, QII, QI) 90 % 5 QI – QIII Циклы A* 90 % (QI, QII, QIII, QIV) A* 90 % (QIV, QIII, QII, QI)	TS-A в соответствии с 7.3.3 A* 90 % (QI, QII, QIII, QIV) A* 90 % (QIV, QIII, QII, QI) 90 % 5 QI – QIII Циклы A* 90 % (QI, QII, QIII, QIV) A* 90 % (QIV, QIII, QII, QI)	TS-A в соответствии с 7.3.3 A* 90 % (QI, QII, QIII, QIV) A* 90 % (QIV, QIII, QII, QI) 90 % 5 QI – QIII Циклы A* 90 % (QI, QII, QIII, QIV) A* 90 % (QIV, QIII, QII, QI)	
Испытание на герметичность, уровень 95 % См. 7.3.2.1	TS-A в соответствии с 7.3.3 Aз 95 % (QI, QII, QIII, QIV) Aз 95 % (QIV, QIII, QII, QI)	TS-A в соответствии с 7.3.3 Aз 95 % (QI, QII, QIII, QIV) Aз 95 % (QIV, QIII, QII, QI)	TS-A в соответствии с 7.3.3 Aз 95 % (QI, QII, QIII, QIV) Aз 95 % (QIV, QIII, QII, QI)	TS-A в соответствии с 7.3.3 Aз 95 % (QI, QII, QIII, QIV) Aз 95 % (QIV, QIII, QII, QI)	
Испытание при предельных нагрузках	LL 5 в соответствии с 7.5.6 50 % T + IP до осознания	LL 4 в соответствии с 7.5.5 IP + C до осознания	LL 1 в соответствии с 7.5.2 Высокие IP + T до осознания	LL 2 в соответствии с 7.5.3 50 % C + EP до осознания	LL 3 в соответствии с 7.5.4 Растяжение до осознания
Окончание испытаний	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено

Рисунок 7 – Требования и порядок испытаний при CAL IV

5.3 Программа испытаний

5.3.1 Полномасштабные испытания

В соответствии с процедурами, установленными в настоящем стандарте, проводят программу полномасштабных испытаний, состоящую из испытаний на свинчивание-развинчивание, испытаний TLE и испытаний при предельных нагрузках.

При этом необходимо строго соблюдать указания настоящего стандарта. Если возникают неблагоприятные условия, не предусмотренные настоящим стандартом, то все отклонения от требований настоящего стандарта должны быть указаны в протоколе испытаний. Кроме того, следует привести обоснования того, что результаты испытаний можно считать удовлетворительными.

5.3.2 Оценка результатов испытаний

5.3.2.1 Общие положения

Оценка результатов выполнения программы стендовых испытаний в соответствии с разделом 8 проводится, как указано в 5.3.2.

5.3.2.2 Результаты испытаний, соответствующие заявленному CAL

Если результаты испытаний соответствуют требованиям настоящего стандарта к испытаниям на свинчивание-развинчивание, испытаниям TLE и испытаниям при предельных нагрузках, то резьбовое соединение установленного размера, массы и группы прочности (т.е. из материала с установленными минимальным пределом текучести (SMYS) и химическим составом) считается соответствующим заявленному CAL.

Если каждое испытание на герметичность, проведенное при уровне 90 %, проходит успешно, следует провести испытания на герметичность при уровне 95 %. Если испытания на герметичность, проведенные при уровне 95 %, не успешны, то резьбовые соединения считают соответствующими заявленному уровню оценки испытаний на герметичность при уровне 90 %. Если каждое из испытаний на герметичность успешно прошло при уровнях 90 % и 95 %, резьбовое соединение считают соответствующим заявленному уровню оценки испытаний на герметичность при уровне 95 %. Требования к испытаниям и порядок испытаний приведены на рисунках 4 – 7.

Для испытаний при предельных нагрузках есть критерии завершения испытания, определенные в 7.4.2. Предельные нагрузки при завершении испытаний следует сравнить с прогнозируемой разрушающей нагрузкой, рассчитанной изготовителем в порядке, установленном в А.1.5. Предельные нагрузки должны превышать СЕЕ. Если предельная нагрузка не превышает СЕЕ, СЕЕ может быть пересмотрена таким

образом, чтобы результирующая СЕЕ была меньше предельных нагрузок, а дальнейшее испытание не требовалось. Если состояние испытательного образца, не прошедшего испытания на герметичность при уровне 90 % или 95 %, не позволяет продолжить испытания при предельных нагрузках, то для завершения испытаний при предельных нагрузках следует изготовить замещающий испытательный образец. Для замещающего испытательного образца следует использовать окончательное свинчивание (FMU) и нагрев образца, однако не требуется проводить испытания на герметичность до испытаний при предельных нагрузках.

5.3.2.3 Результаты испытаний, не соответствующие заявленному CAL

Если результаты испытаний не соответствуют требованиям к испытаниям TLE, может быть принято решение:

- 1) о пересмотре конструкции резьбового соединения с последующим полным повторным испытанием;
- 2) о снижении СЕЕ, с последующим повторным испытанием любого испытательного(ых) образца(ов), которые не соответствуют требованиям большей СЕЕ.

В случае неисправности испытательного оборудования или нарушения условий испытаний, не связанных с конструкцией резьбового соединения, нет необходимости в пересмотре конструкции резьбового соединения, пересмотре СЕЕ или пересмотре предельных нагрузок, однако испытательный(е) образец(цы) или замещающий испытательный(е) образец(цы) следует подвергнуть полным повторным испытаниям. Любое событие, не соответствующее критериям приемки, должно быть указано в протоколе испытаний. Количество повторных испытаний и необходимость повторных испытаний должно быть указано в протоколе испытаний.

5.3.2.4 Протокол результатов испытаний

Результаты каждого проведенного испытания следует заносить в протокол в соответствии с разделом 9. Все утечки из резьбового соединения, произошедшие при воздействии нагрузок TLE или на оборудовании, независимо от объема или скорости, должны быть указаны в информационных листах и на графиках давления. При изменении нагрузки могут наблюдаться смещения, вызванные не утечкой, а изменением объема. Уровни смещения регистрируют до и после изменений нагрузок.

5.4 Требования к калибровке и аккредитации

5.4.1 Аккредитация

Лаборатория, проводящая испытания по настоящему стандарту, должна быть:

- а) либо аккредитована национальным или международным органом по

аккредитации;

b) либо полностью соответствовать требованиям, приведенным в 5.4.2 – 5.4.5.

5.4.2 Калибровка оборудования

До начала испытаний необходимо убедиться, что все нагрузочные устройства, которые будут использованы в ходе испытаний, имеют калибровку, соответствующую нормативной документации. Исходя из опыта изготовителя резьбовых соединений или испытательной лаборатории, необходимо также периодически проводить калибровку измерительной и регистрирующей аппаратуры, такой как манометры. Эталоны испытательной лаборатории, используемые для калибровки, и каждая калибровка должны быть документированы. Копии протоколов о текущих калибровках нагрузочного устройства, приборов для измерения давления и крутящего момента должны быть включены в протоколы испытаний.

Допускается проведение калибровки оборудования в ходе испытаний, исходя из требуемых испытательных нагрузок и предыдущего опыта использования оборудования.

Испытательная лаборатория должна иметь процедуру, обеспечивающую точность показаний температуры термопары.

5.4.3 Ежегодная калибровка нагрузочного устройства

Каждое нагрузочное устройство, используемое для испытаний на осевую или комбинированную нагрузку, необходимо ежегодно подвергать калибровке в режимах растяжения и сжатия, при помощи приборов (например, тензодатчиков), соответствующих нормативной документации.

Калибровка должна состоять из двух этапов, включающих, по крайней мере, десять равных приращений нагрузки, начиная от минимальной калибровочной нагрузки до максимальной калибровочной нагрузки, т.е. охватывающей весь диапазон нагрузок. Диапазон калибровки нагрузочного устройства должен перекрывать диапазон нагрузок, которые будут приложены по программе испытаний. Максимальная калибровочная нагрузка устройства должна превышать наибольшую разрушающую нагрузку испытываемых труб и резьбовых соединений.

Абсолютную погрешность калибровки E_r и относительную погрешность калибровки E_{rp} находят по следующим формулам:

$$E_r = F_i - F_f, \quad (1)$$

$$E_{rp} = 100 \frac{E_r}{F_f}, \quad (2)$$

где F_i – номинальное осевое усилие растяжения или сжатия;

F_f – фактическое осевое усилие растяжения или сжатия.

Относительная погрешность калибровки для всех нагрузок в рабочем диапазоне нагрузочного устройства (не менее 10 % до 100 % прочности на растяжение-сжатие) не должна превышать $\pm 1,0$ % (см. приложение Е в качестве примера).

5.4.4 Проверка нагрузочного устройства

Если нагрузочное устройство подвергается воздействию нетипичных нагрузок, например нагрузок, выходящих за диапазон калибровки, или при незапланированной нагрузке возникает отказ, который может указывать на проблему с калибровкой устройства, для проверки правильности калибровки нагрузочного устройства следует использовать проверочную шкалу. Такая проверочная шкала должна соответствовать требованиям нормативной документации и сертифицироваться один раз в три года. Вместо использования проверочной шкалы допускается также проводить полную ежегодную калибровку нагрузочного устройства.

5.4.5 Калибровка датчиков давления

Каждый датчик давления должен подвергаться ежегодной калибровке. Относительная погрешность измерений давления в пределах диапазона нагрузки не должна превышать $\pm 1,0$ % полной шкалы. Соответствующие датчики давления следует выбирать и использовать на основании ожидаемого максимального испытательного давления.

5.5 Характеристика материала

5.5.1 Общие положения

Для определения предела текучести, необходимого для расчета эталонных характеристик тела трубы для каждого испытательного образца, проводят механические испытания труб. Трубную заготовку для муфт следует также подвергнуть механическим испытаниям для определения предела текучести. Данные о механических испытаниях патрубков и трубных заготовок для муфт следует рассматривать при определении СЕЕ каждого испытательного образца.

Механические свойства труб и трубных заготовок для муфт должны быть определены по документированной процедуре, соответствующей стандарту на изделие. Обычно это ГОСТ 31446 на изделия из низколегированных сталей или ГОСТ ISO 13680 на изделия из коррозионностойких сталей (CRA). Для резьбовых соединений магистральных труб документированная процедура должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO 3183.

Данные о свойствах материала необходимо зафиксировать в информационном листе, см. рисунок В.3.

Испытания на растяжение продольных образцов при температуре окружающей

среды проводят в соответствии с ГОСТ 31446 и ASTM A370, при повышенных температурах по ASTM E21.

Модуль упругости определяют в соответствии с ISO/TR 10400:2018. Для отдельных материалов модуль упругости можно определить при температуре окружающей среды и при повышенных температурах по ASTM E111.

Следует измерить толщину стенки каждого патрубка и для каждого установить минимальную толщину стенки и среднюю минимальную толщину стенки. Установленные значения следует использовать для расчета эталонных характеристик тела трубы для каждого испытательного образца (см. 5.5.3 и рисунок В.5).

Следует измерить наружный диаметр каждого патрубка и для каждого установить максимальный средний наружный диаметр. Установленные значения следует использовать для расчета эталонных характеристик тела трубы каждого испытательного образца (см. 5.5.3 и рисунок В.5).

Следует измерить наружный диаметр муфт, и для каждой установить минимальный наружный диаметр и средний наружный диаметр (см. 5.5.3 и рисунок В.5).

5.5.2 Испытания для определения свойств материала

5.5.2.1 Образцы для испытания материала

МТ должны быть отобраны от каждой длины трубы и трубных заготовок для муфт, используемых для изготовления испытательных образцов. МТ должны быть отобраны от исходной заготовки или трубной заготовки для муфты (независимо от их длины), рядом с резьбовым соединением каждого испытательного образца патрубка или, по меньшей мере, одного испытательного образца муфты в зависимости от применимости.

Рекомендуемая схема отбора образцов приведена на рисунке В.1. Для определения предела текучести при температуре окружающей среды для каждого испытательного образца следует использовать образцы, находящиеся рядом с испытываемым резьбовым соединением (см. 5.5.2.5). Кроме того, для определения соответствующего коэффициента масштабирования при повышенной температуре необходимо использовать, как минимум, один МТ от каждой исходной заготовки или трубной заготовки для муфт (см. 5.5.2.6).

МТ должны прослеживаться до исходной заготовки или исходной трубной заготовки для муфты и осевого расположения в пределах трубы.

5.5.2.2 Продольные образцы для испытаний на растяжение

Испытания для определения свойств материала при растяжении следует проводить на продольных образцах, отобранных от МТ.

Отбор продольных образцов для испытаний на растяжение от каждого МТ

проводят следующим образом:

а) для определения предела текучести при температуре окружающей среды изготавливают, как минимум, четыре образца (см. 5.5.2.5). Продольные образцы для испытаний на растяжение должны быть полноразмерными плоскими образцами из стенки трубы, однако если полноразмерные плоские образцы превышают возможности испытательного оборудования или их применение нецелесообразно по иным причинам, то допускается использование цилиндрических образцов;

б) в случае проведения испытаний на МТ при повышенной температуре, изготавливают, как минимум, четыре образца для испытаний при температуре окружающей среды и, как минимум, четыре образца для испытаний при повышенной температуре для определения коэффициента масштабирования при повышенной температуре (см. 5.5.2.6). Геометрические параметры образца должны быть одинаковы как для испытания при температуре окружающей среды, так и при повышенной температуре. Для испытаний на растяжение наиболее предпочтительными являются цилиндрические образцы с максимально возможными размерами в соответствии с ГОСТ 31446 и ASTM A370.

Для испытаний на растяжение следует отобрать, как минимум, один продольный образец с каждого квадранта МТ. Для испытаний при повышенной температуре, местоположения по окружности продольных образцов для испытания на растяжение при температуре окружающей среды и при повышенной температуре в пределах каждого МТ должны быть смежными (насколько это практически возможно).

Продольные образцы для испытаний на растяжение и результаты испытаний свойств материала должны иметь прослеживаемость с МТ. Местоположения по окружности отобранных продольных образцов для испытаний на растяжение при температуре окружающей среды и при повышенной температуре (если они проводятся) от МТ, должны быть указаны в информационном листе о свойствах материала, см. рисунок В.3.

Рекомендуемое расположение испытательных образцов из патрубка или муфтовых заготовок и МТ, показанное на рисунке В.1, обеспечивает прочность материала в непосредственной близости к резьбовому соединению каждого испытательного образца из патрубка или трубной заготовки для муфт. Если испытательные образцы из патрубков, трубных заготовок для муфт, или МТ отобраны иначе, чем показано на рисунке В.1, изготовитель должен внести изменения в информационный лист о свойствах материала, приведенный на рисунке В.3, и должен представить схематический чертеж, аналогичный рисунку В.1, с указанием фактических

местоположений.

См. 6.3.3, чтобы убедиться, что испытано достаточное количество труб и трубных заготовок для муфт, и что механические свойства соответствуют требованиям, указанным в настоящем стандарте.

5.5.2.3 Поперечные образцы для испытаний на растяжение и сжатие

Если материал образца проявляет анизотропию прочностных свойств (например, холоднодеформированные CRA), проводят испытания для определения характеристик анизотропии. При наличии данных испытаний на определение анизотропии, относящихся к конкретному технологическому процессу, группе прочности и размеру материала, по согласованию с заказчиком эти данные могут быть использованы вместо испытаний. Указанные изменения должны быть задокументированы в протоколе испытаний.

При проведении испытаний для определения характеристик анизотропии должны быть определены значения предела текучести при осевом сжатии, осевом растяжении и при растяжении на поперечных образцах.

Отбор испытательных образцов от МТ производят следующим образом:

а) для определения коэффициента масштабирования для поперечных образцов изготавливают, как минимум, четыре продольных образца и четыре поперечных образца для испытаний на растяжение при температуре окружающей среды (см. 5.5.2.7). Геометрические параметры образцов должны быть одинаковыми как для продольных, так и для поперечных образцов. Наиболее предпочтительными являются цилиндрические испытательные образцы с максимально возможными размерами в соответствии с ГОСТ 31446 и ASTM A370;

б) для определения коэффициента масштабирования для продольных образцов изготавливают, как минимум, четыре продольных образца для испытаний на растяжение и четыре продольных образца для испытаний на сжатие при температуре окружающей среды (см. 5.5.2.7). Испытания на сжатие при температуре окружающей среды проводят в соответствии с ASTM E9.

При проведении испытаний на растяжение или сжатие на поперечных образцах, изготовитель должен документировать процедуру (прилагаемую к протоколу испытаний), с детальным описанием мест отбора проб, геометрических параметров испытательного образца и параметров испытаний. Для определения СЕЕ можно использовать значения минимального предела текучести, полученные по результатам этих испытаний, при условии, что это зафиксировано в протоколе испытаний.

5.5.2.4 Минимальный объем испытаний

5.5.2.4.1 Испытания для определения свойств материала

Для испытаний на определение свойств материала должно отбираться:

а) минимум четыре продольных образца от каждого МТ для испытаний на растяжение (по одному из каждого квадранта) при температуре окружающей среды.

Минимум четыре продольных образца для испытаний на растяжение (по одному из каждого квадранта) при повышенной температуре от одного из МТ из середины 50 % исходной трубы, подвергнутой испытанию при повышенной температуре;

б) для испытаний на растяжение при температуре окружающей среды скорость растяжения должна соответствовать максимальной скорости деформации, равной 0,127 мм/мм/мин;

с) для испытаний на растяжение при повышенной температуре скорость растяжения должна соответствовать максимальной скорости деформации, равной 0,076 мм/мм/мин.

5.5.2.4.2 Испытания при повышенной температуре

Испытания при повышенной температуре проводят при следующих температурах:

а) для CAL II: 150 °С, 0 °С / минус 5 °С;

б) для CAL III и CAL IV: 195 °С, 0 °С / минус 5 °С.

5.5.2.4.3 Протокол испытаний на растяжение

В протокол испытаний на растяжение включают следующее:

а) полученный график зависимости напряжение-деформация от нулевой деформации до деформации 2 % или до разрушения образца, в зависимости от того, что произойдет раньше;

б) предел текучести, определенный в соответствии с нормативной документацией, для материалов и групп прочности, соответствующих ГОСТ 31446, ГОСТ ISO 13680 или ГОСТ ISO 3183. Дополнительно включают условный предел текучести 0,2 %;

с) предел прочности;

д) общее удлинение.

Требования к протоколу испытаний приведены в С.2 (раздел 3).

5.5.2.4.4 Требования к контролю температуры

Для каждого испытания при температуре окружающей среды необходимо фиксировать температуру. Для каждого испытания при повышенной температуре контролируют фактическую температуру испытательного образца при помощи

термопары, закрепленной на материале образца, и включают данные об изменении температуры во времени в протокол испытаний.

5.5.2.5 Предел текучести материала при температуре окружающей среды

Предел текучести материала при температуре окружающей среды для каждого испытательного образца от патрубка или испытательной муфты принимается равным минимальному пределу текучести материала при температуре окружающей среды МТ, примыкающего к испытательному образцу от патрубка или испытательной муфты.

За предел текучести материала испытательного образца принимают минимальный результат, полученный в результате испытаний четырех или более продольных образцов при испытании на растяжение, отобранных от МТ в соответствии с 5.5.2.2. При наличии результатов испытаний как плоских, так и цилиндрических образцов, для определения предела текучести материала в продольном направлении следует использовать только результаты испытаний плоских образцов. Если результат ниже SMYS группы прочности, можно провести два дополнительных испытания на растяжение на одном и том же образце материала из одного и того же квадранта. Если предел текучести любого из дополнительных испытаний ниже SMYS, то данное резьбовое соединение нельзя использовать.

5.5.2.6 Коэффициент масштабирования при повышенной температуре

Минимальным условием для определения коэффициента масштабирования при повышенной температуре является использование одного МТ, взятого из середины (между 25 % и 75 % общей длины, если измерять с одного конца) исходной трубы или исходной трубной заготовки для муфты.

Коэффициент масштабирования при повышенной температуре для исходной трубы или исходной трубной заготовки для муфты представляет собой отношение среднего значения всех результатов испытания на предел текучести при растяжении продольных образцов при повышенной температуре, к среднему значению всех результатов испытания на предел текучести при растяжении продольных образцов при температуре окружающей среды, для образцов, вырезанных для определения коэффициента масштабирования при повышенной температуре. Результаты испытаний плоских образцов при температуре окружающей среды не должны использоваться для определения коэффициента масштабирования при повышенной температуре. Испытательные образцы, используемые для определения коэффициента масштабирования при повышенной температуре, должны иметь размер и геометрические параметры, указанные в 5.5.2.2. Для определения коэффициента масштабирования при повышенной температуре для исходной трубы или исходной

трубной заготовки для муфт следует использовать все достоверные результаты испытаний образцов на растяжение.

Коэффициент масштабирования при повышенной температуре должен использоваться для определения эталонных характеристик тела трубы при повышенной температуре для каждого испытательного образца, взятого с исходной трубы.

5.5.2.7 Коэффициент масштабирования для расчета анизотропии

Коэффициент масштабирования для расчета анизотропии при растяжении продольных образцов для исходной трубы или исходной трубной заготовки для муфт представляет собой отношение среднего значения всех результатов испытаний на растяжение поперечных образцов, к среднему значению всех результатов испытаний на растяжение продольных образцов. Результаты испытаний плоских образцов при температуре окружающей среды не должны использоваться для определения коэффициента масштабирования для расчета анизотропии при растяжении поперечных образцов. Испытательные образцы, используемые для определения коэффициента масштабирования для расчета анизотропии при растяжении поперечных образцов, должны иметь размер и геометрические параметры, указанные в 5.5.2.3.

Коэффициент масштабирования для расчета анизотропии при сжатии для исходной трубы или исходной трубной заготовки для муфт представляет собой отношение среднего значения всех результатов испытаний на сжатие продольных образцов к среднему значению всех результатов испытаний на растяжение продольных образцов. Для определения коэффициента масштабирования для расчета анизотропии при сжатии следует использовать только данные испытаний на растяжение продольных цилиндрических образцов и данные испытаний на сжатие согласно ASTM E9 (см. 5.5.2.3).

Коэффициенты масштабирования для расчета анизотропии, полученные из предыдущих испытаний, могут быть применены, если это согласовано с заказчиком и подтверждено данными, соответствующими технологическому процессу, группе прочности материала и размеру (см. 5.5.2.3).

Эти коэффициенты масштабирования можно использовать для определения СЕЕ.

5.5.3 Измерения размеров материала

5.5.3.1 Общие положения

Для каждого испытательного образца от патрубка следует измерить и записать

критические размеры, необходимые для расчета эталонных характеристик тела трубы (см. рисунок В.5).

Для каждого испытательного образца от патрубка определяют пять плоскостей вдоль оси патрубка следующим образом (см. рисунок В.2):

а) определяют плоскость № 1 на расстоянии 76,2 мм от конца участка крепления или испытательной заглушки;

б) определяют плоскость № 5 на расстоянии 76,2 мм от торца муфты (на патрубках с гладкими ниппельными элементами), на расстоянии 76,2 мм от конца резьбового соединения IJ или на расстоянии 76,2 мм от конца промежуточной зоны высаженных элементов (на резьбовых соединениях IJ и высаженных ниппельных/раструбных элементах);

с) определяют плоскости № 2, № 3 и № 4 на одинаковом расстоянии между плоскостью № 1 и плоскостью № 5.

В каждой из пяти плоскостей находят точку с минимальной толщиной стенки. Отмечают точку на патрубке как 0° и регистрируют минимальное значение толщины стенки (см. рисунок В.5).

В каждой плоскости отмечают семь дополнительных точек на равных промежутках по окружности патрубка, помечая их как 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315°. Измеряют и регистрируют толщину стенки в каждой точке на каждой из пяти плоскостей (см. рисунок В.5).

Изготовитель несет ответственность за измерение и запись размеров, требуемых для определения СЕЕ.

5.5.3.2 Минимальная толщина стенки

Для каждого испытательного образца от патрубка трубы минимальную толщину стенки определяют как наименьшую из пяти минимальных толщин стенки, измеренных в каждой плоскости измерения (см. рисунок В.5).

За установленную минимальную толщину стенки каждого испытательного образца принимают наименьшую из минимальных толщин стенок двух патрубков. Установленную минимальную толщину стенки испытательного образца следует использовать для расчета кривой фактического VME при температуре окружающей среды (см. 7.3.1.2.3).

5.5.3.3 Минимальная средняя толщина стенки

Для каждого испытательного образца от патрубка среднюю толщину стенки определяют как среднюю из восьми измеренных толщин стенки в каждой из пяти плоскостей измерения (см. рисунок В.5).

Для каждого испытательного образца от патрубка за минимальную среднюю толщину стенки принимают наименьшую из пяти средних толщин стенки в пяти плоскостях измерения (см. рисунок В.5).

За установленную минимальную среднюю толщину стенки каждого испытательного образца принимают наименьшую минимальную среднюю толщину стенки двух патрубков. Установленную минимальную среднюю толщину стенки испытательного образца следует использовать для расчета кривой фактического VME при температуре окружающей среды и кривой фактического давления смятия по API при температуре окружающей среды (см. 7.3.1.2.3).

5.5.3.4 Максимальный средний наружный диаметр

Для каждого испытательного образца от патрубка трубы средний наружный диаметр определяют как среднее из четырех измеренных наружных диаметров в каждой из пяти плоскостей измерения (см. рисунок В.5).

Для каждого испытательного образца от патрубка трубы максимальный средний наружный диаметр определяют как наибольший из пяти средних наружных диаметров в пяти плоскостях измерения. Установленный максимальный средний наружный диаметр для каждого испытательного образца представляет собой наибольший средний наружный диаметр двух патрубков.

Установленный максимальный средний наружный диаметр испытательного образца следует использовать для расчета кривой фактического VME при температуре окружающей среды и кривой фактического давления смятия по API при температуре окружающей среды (см. 7.3.1.2.3).

5.6 Процедуры свинчивания и развинчивания

5.6.1 Основные положения

Процедуры свинчивания и развинчивания, резьбовая смазка и обработка поверхности, используемые во время испытаний, должны соответствовать рекомендациям изготовителя по эксплуатации труб в полевых условиях.

5.6.2 Резьбовая смазка при свинчивании

Изготовитель резьбового соединения должен указать тип и количество (с предельными отклонениями ± 1 г) резьбовой смазки, наносимой на резьбовое соединение, а также участки для нанесения резьбовой смазки. Требования к резьбовой смазке должны быть такими же, как и к смазке, используемой в полевых условиях. Для каждого испытательного образца должна использоваться одна и та же резьбовая смазка. Рекомендуется указать минимальное и максимальное количество резьбовой смазки в единицах массы. Удельный вес используемой резьбовой смазки необходимо

указать в информационном листе. Изготовитель должен также представить фотографии и описание порядка нанесения резьбовой смазки в заводских и полевых условиях. На фотографиях должно быть показано резьбовое соединение с минимальным и максимальным количеством резьбовой смазки.

Установлено, что в промышленности встречаются резьбовые соединения, обработка поверхности которых не требует резьбовой смазки, и поэтому требования настоящего пункта могут не применяться. Однако для проверки соответствия эксплуатационных характеристик могут быть проведены дополнительные испытания с комбинацией резьбовой смазки и обработки поверхности.

Примечание – Резьбовые смазки, используемые при свинчивании, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 13678 или ISO 13678 и применяться в соответствии с руководством по эксплуатации.

5.6.3 Моменты свинчивания

Моменты свинчивания, указанные в разделе 7, представляют собой максимальные или минимальные крутящие моменты, рекомендуемые изготовителем. Для высокого заданного крутящего момента свинчивание испытательного образца допустимо, если крутящий момент превышает сумму 80 % максимального крутящего момента и 20 % минимального крутящего момента, рекомендуемых изготовителем. Для низкого заданного крутящего момента свинчивание испытательного образца допустимо, если крутящий момент меньше суммы 80 % минимального крутящего момента и 20 % максимального крутящего момента, рекомендуемых изготовителем.

Если фактический момент свинчивания меньше минимального момента, рекомендованного изготовителем из-за погрешности испытаний, то для каждого из отдельно взятых испытательных образцов для свинчивания в серии испытаний допускается развинчивание и повторное свинчивание образца для достижения минимального крутящего момента, рекомендуемого изготовителем. Если и при повторном свинчивании минимальный крутящий момент, рекомендуемый изготовителем, не достигнут, то образец можно испытать, как есть, или его следует заменить.

5.6.4 Процедура свинчивания

Свинчивание каждого резьбового соединения производят в соответствии с настоящим пунктом. Результаты регистрируют на рисунке В.4.

Перед каждым свинчиванием необходимо тщательно очистить и высушить элементы резьбового соединения, взвесить и зарегистрировать количество резьбовой смазки, наносимой на каждый элемент (нипельный и раструбный или интегральное

соединение). Далее контролируют и регистрируют моменты свинчивания и развинчивания на графиках зависимости крутящего момента от числа оборотов. Разрешающая способность вращения должна быть не менее 0,001 оборота. Графики зависимости крутящего момента от числа оборотов при параметрах свинчивания, приведенных в разделе 7, и любых других приемлемых параметрах должны быть добавлены в полный протокол испытаний (см. раздел 9 и приложение С). Во время свинчивания на каждом графике должны быть указаны испытательный образец, ниппельный или раструбный элемент, номер свинчивания, дата, время и любые другие данные.

Для свинчивания резьбовых соединений применяют стандартные трубные ключи и плашки, аналогичные применяемым в полевых условиях. При этом особое внимание следует уделить выбору типа ключей и плашек для сплавов CRA. Свинчивание должно производиться в вертикальном положении. При свинчивании муфтовых соединений не допускается плавающее положение муфты, т.е. каждая сторона муфты должна свинчиваться отдельно. Все оборудование для свинчивания и, по крайней мере, свинчивание одного резьбового соединения необходимо сфотографировать в процессе свинчивания. Скорость свинчивания необходимо фиксировать для каждого свинчивания. Свинчивание и развинчивание следует производить при помощи трубных ключей на низкой передаче. При креплении раструбного элемента (или муфтовых элементов) необходимо контролировать усилие сжатия, чтобы не допустить деформацию элемента с внутренней резьбой.

Во избежание повреждения резьбового соединения при выполнении процедуры свинчивания и развинчивания рекомендуется установить заглушку на муфтовый конец, который не участвует в свинчивании, чтобы обеспечить дополнительную жесткость этого муфтового конца во время свинчивания другого муфтового конца. Конструкция резьбы заглушки должна быть совместима с испытательным образцом, однако обеспечение определенных предельных отклонений на геометрические размеры не требуется. В качестве альтернативы заглушке допускается установить ниппель, затягиваемый вручную.

Использование тензометров является необязательным (см. 5.9.3).

5.6.5 Процедура развинчивания

Развинчивание резьбового соединения испытательного образца выполняют с помощью того же трубного ключа и инструментов, как в 5.6.4, в соответствии с процедурой изготовителя. Результаты регистрируют в соответствии с рисунком В.4.

5.6.6 Ремонт резьбового соединения после развинчивания

После каждого развинчивания допускается ремонт ниппельных и раструбных элементов только теми методами, оборудованием и инструментами, которые были рекомендованы изготовителем резьбового соединения для применения в полевых условиях. Все случаи ремонта должны быть зарегистрированы с указанием времени на ремонт. Необходимо указать в отчете все случаи заедания и другие несоответствия. Оценка заедания, включая описание размера и характера повреждения, должна быть отражена в окончательном протоколе. Необходимо сфотографировать участки заедания, участки ремонта, эти же участки после следующего развинчивания и после окончательного развинчивания, и включить фотографии в окончательный протокол.

5.6.7 Контроль резьбового соединения испытательного образца

После каждого развинчивания резьбовые соединения испытательного образца тщательно осматривают. Оценивают и отмечают на графиках зависимости крутящего момента от числа оборотов все наблюдаемые случаи заедания. На этих же графиках отмечают все нарушения процесса свинчивания (проскальзывание конца трубы или муфты в плашках трубных ключей, сбои компьютера/скачки напряжения, не позволившие распечатать график зависимости крутящего момента от числа оборотов и т.д.).

5.6.8 Проверка шаблоном после окончательного свинчивания

После окончательного свинчивания каждого испытательного образца и перед дальнейшими испытаниями должна быть выполнена проверка шаблоном в соответствии с 7.2.4 для подтверждения проходимости резьбового соединения после испытаний свинчиванием и развинчиванием.

5.7 Выявление утечек при внутреннем давлении для испытаний TS-B и TS-C

5.7.1 Основные положения

Требования к выявлению утечек имеют особо важное значение для резьбовых соединений, которые должны быть непроницаемыми для газа или жидкости. В 5.7.5 и 5.7.6 приведены два проверенных метода выявления утечек, подходящих для разных типов резьбовых соединений, однако может быть использован любой метод выявления утечек, который может быть откалиброван в соответствии с нормативной документацией и отвечает требованиям к чувствительности, приведенным в 5.7.4. Для TS-B и TS-C образцы обсадных и насосно-компрессорных труб, подвергаемых воздействию внутреннего давления, должны быть проконтролированы с помощью системы, способной выявлять и измерять объем утечек или скорость потока.

Вытеснения при изменении нагрузки необходимо фиксировать в информационных листах; однако эти вытеснения не считаются утечкой в резьбовом соединении. Критерии приемки герметичности под давлением приведены в 8.3. Утечки в резьбовом соединении должны быть отмечены на графиках давления.

5.7.2 Среда для создания давления

Для CAL II, CAL III, и CAL IV испытания внутренним давлением для подтверждения TLE должны осуществляться с использованием сухого азота. Для CAL I испытания внутренним давлением для подтверждения TLE должны осуществляться с использованием жидкого или сухого азота в соответствии с программой испытаний. По согласованию между сторонами, участвующими в испытаниях, в качестве газа-индикатора может быть добавлен гелий.

Для циклов испытаний при повышенной температуре в TS-B и TS-C применяются требования, указанные в 5.10.

5.7.3 Чувствительность системы выявления утечек при внутреннем давлении

Система контроля и измерения для выявления утечек при внутреннем давлении должна обладать чувствительностью к утечкам не ниже $0,9 \text{ см}^3/15 \text{ мин}$ с использованием градуированного цилиндра с ценой деления $0,1 \text{ см}^3$ или чувствительностью не ниже $0,0001 \text{ см}^3/\text{с}$ в стандартных условиях для системы с газовым хроматографом или спектрометром. При использовании гелия в качестве газа-индикатора, система измерения с градуированным цилиндром должна обладать способностью улавливать накопленный газ для анализа содержания гелия с целью подтверждения или исключения фактов утечки.

При использовании градуированного цилиндра необходимо предусмотреть компенсацию изменений барометрического давления и других явлений, не связанных с испытаниями, которые могут оказывать влияние на чувствительность выявления утечек. Рекомендуется перед началом любых испытаний настроить отдельный градуированный цилиндр (см. рисунок 11), имитирующее устройство для выявления утечек. Этот отдельный цилиндр можно использовать во время анализа для установления наличия утечек в резьбовом соединении или того, вызвано ли отклонение изменением барометрического давления. Отдельный градуированный цилиндр, при применении, должен содержать объем газа, соответствующий объему газа в перевернутых градуированных цилиндрах испытываемых резьбовых соединений.

5.7.4 Индикаторы утечки

Индикаторы утечки можно оценивать в отношении источника утечки, если

имеются основания предполагать, что утечка происходит не от испытываемого резьбового соединения. Для подтверждения того, что утечка происходит от среды под давлением, а не от дегазации резьбовой смазки или от теплового расширения резьбового соединения или испытательного оборудования, можно использовать датчик, калиброванный на улавливание гелия. Оценка источника утечки должна быть основана на тщательном анализе газа утечки. Если утечка происходит не от резьбового соединения, а от другого источника, например, от торцевых заглушек, необходимо выполнить ремонт источника утечки, а затем продолжить испытания. Необходимо зарегистрировать все утечки и их источники (например, нагнетательный штуцер, клапан, соединение). В протоколе испытаний необходимо указать все индикаторы утечек, а также обоснование для уменьшения утечки резьбового соединения.


5.7.5 Устройства для выявления утечек под внутренним давлением

5.7.5.1 Общие положения

Во время испытания под давлением резьбовое соединение испытательного образца должно содержать одно или несколько устройств для выявления утечек под внутренним давлением, приведенных в 5.7.6.2 – 5.7.6.4. Если испытания проводят при повышенной температуре, материалы устройства для выявления утечек должны быть применимы для использования при температурах выше максимальной температуры испытания.

5.7.5.2 Устройство для выявления утечек с уплотнительным кольцом

Устройство для выявления утечек должно состоять из уплотнительного кольца, прижатого к торцу или наружной поверхности муфты при помощи фланца, имеющего не менее четырех сквозных отверстий под шпильки, которыми фланцы плотно прижимаются к торцу муфты. Уплотнение между фланцем и телом трубы создают с помощью отдельного уплотнительного кольца со шпилькой, как показано на рисунке 8.

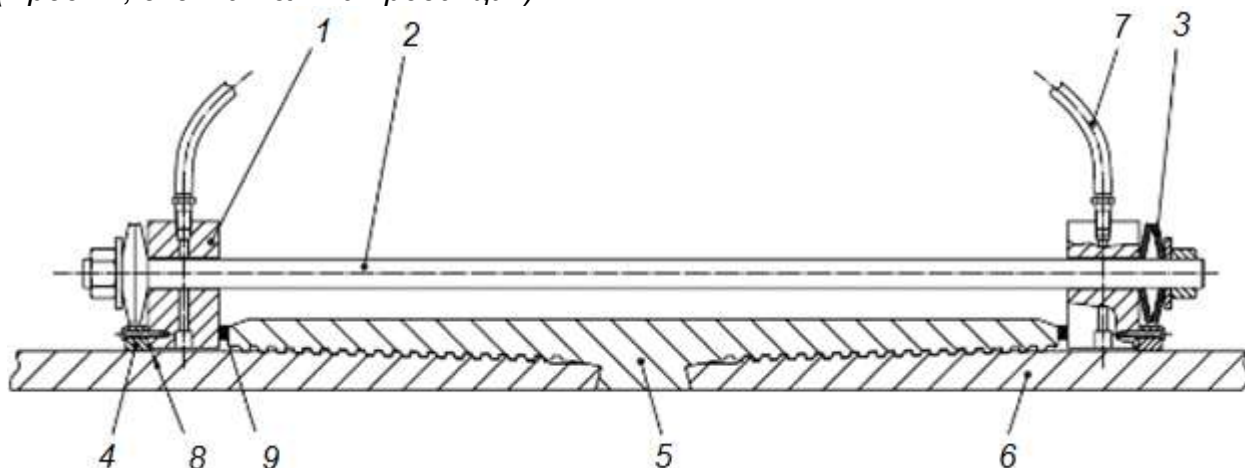


1 – металлический фланец; 2 – резьбовая шпилька; 3 – пружины; 4 – резьбовая гайка;
5 – муфта; 6 – труба; 7 – гибкий шланг (термостойкий для испытаний при повышенной температуре);
8 – уплотнительное кольцо; 9 – прокладка с гладкой поверхностью

Рисунок 8 – Устройство для выявления утечек с уплотнительным кольцом при испытании под внутренним давлением

5.7.5.3 Устройство для выявления утечек с гибким шлангом

Устройство для выявления утечек с гибким шлангом из эластичного материала типа силикон устанавливают на конец муфты. Зазоры между наружными поверхностями трубы, муфты и шланга заполняют уплотнительным материалом. Для крепления шланга к наружной поверхности трубы и муфты используют хомуты для шланга. Между шлангом и наружной поверхностью трубы вводят трубку с уплотнительным материалом, направляющую протекающий газ через шланг, как показано на рисунке 9.

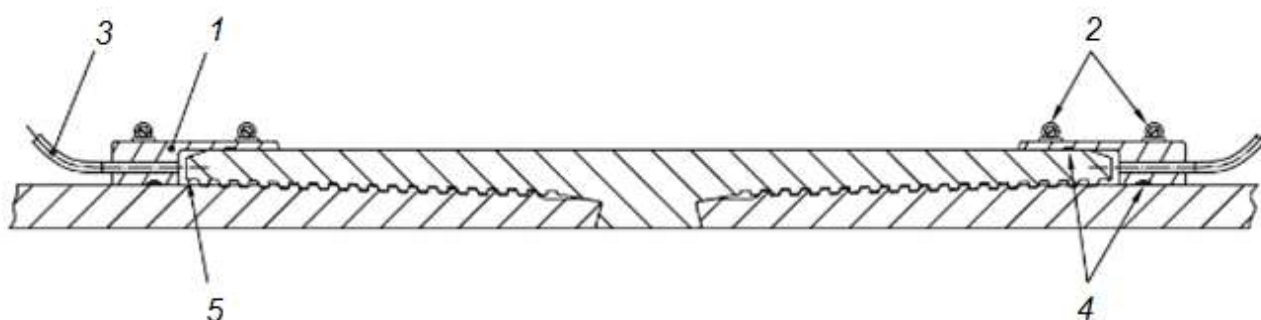

1 – гибкий шланг; 2 – хомуты для шланга; 3 – металлическая трубка или гибкий шланг (термостойкая(ий) для испытаний при повышенной температуре); 4 – уплотнительный материал; 5 – небольшой зазор для повышения чувствительности выявления утечек

Рисунок 9 – Устройство для выявления утечек с гибким шлангом при испытании под внутренним давлением


5.7.5.4 Устройство для выявления утечек с перфорированной муфтой

В муфте, над участком сбег резьбы ниппеля, вблизи торца муфты, сверлят сквозное выпускное отверстие, позволяющее выходящему газу вытекать из

соединения. В отверстии нарезают внутреннюю резьбу и дополняют резьбовым переходником, к которому подсоединяют гибкий шланг. Торцы муфты уплотняют, во избежание неконтролируемой утечки газа, как показано на рисунке 10.

Сборку перфорированной муфты проводят следующим образом (см. рисунок 10):

- a) перед свинчиванием резьбового соединения сверлят отверстия, нарезают в них резьбу, удаляют заусенцы и устанавливают заглушки;
- b) свинчивают резьбовое соединение;
- c) в отверстия устанавливают резьбовые переходники с нанесением уплотнительного резьбового материала, например PTFE;
- d) очищают и уплотняют концы муфты при помощи силиконового или другого уплотнительного материала;
- e) дают уплотнительному материалу затвердеть;
- f) отверстия могут быть расположены рядом с уплотнением металл-металл.

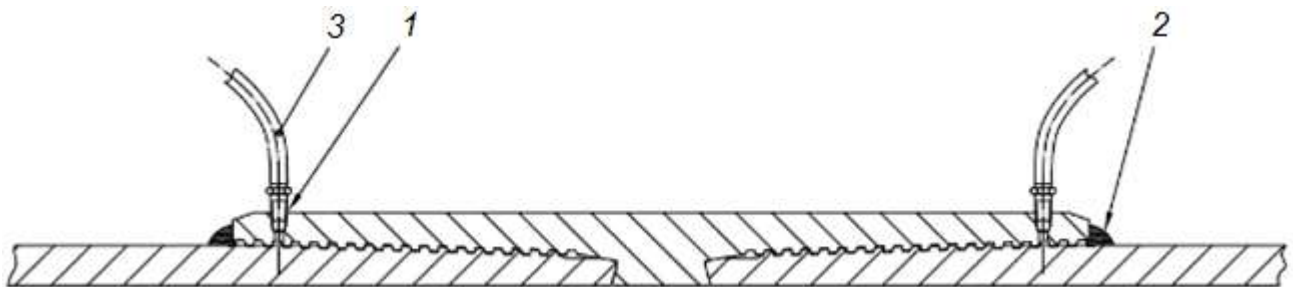

1 – резьбовое отверстие на участке сбег резьбы с резьбовым переходником;

2 – уплотнительный материал; 3 – гибкий шланг (термостойкий для испытаний при повышенной температуре)

Рисунок 10 – Устройство для выявления утечек с перфорированной муфтой при испытании под внутренним давлением

5.7.6 Выявление утечек пузырьковым методом при испытании под внутренним давлением

5.7.6.1 Основные положения


Система выявления утечек пузырьковым методом изображена на рисунке 11. Система основана на улавливании газа, выделяющегося из резьбового соединения, и его сборе в газосборнике для измерения объема. Система состоит из следующих основных компонентов:

- a) устройства для улавливания газа, например, приведенные ранее устройства для выявления утечек (см. 5.7.5);
- b) трубка или гибкий шланг, для соединения устройства для выявления утечек с газосборником;
- c) газосборник, включающий прозрачный градуированный цилиндр с ценой

деления не более 0,1 см³:

- 1) цилиндр заполняется водой, гибкий шланг выводится в открытый конец цилиндра;
- 2) цилиндр и конец шланга погружают в сосуд с водой и переворачивают (см. рисунок 11);
- d) критерии приемки герметичности уплотнения установлены в 8.3.

Утечка визуально обнаруживается при наличии пузырьков, поднимающихся в цилиндре. Объем газа из пузырьков измеряют по шкале цилиндра и определяют, приводит ли утечка к протеканию резьбового соединения или она из другого источника, такого, например, как дегазация резьбовой смазки (см. 5.7.4).

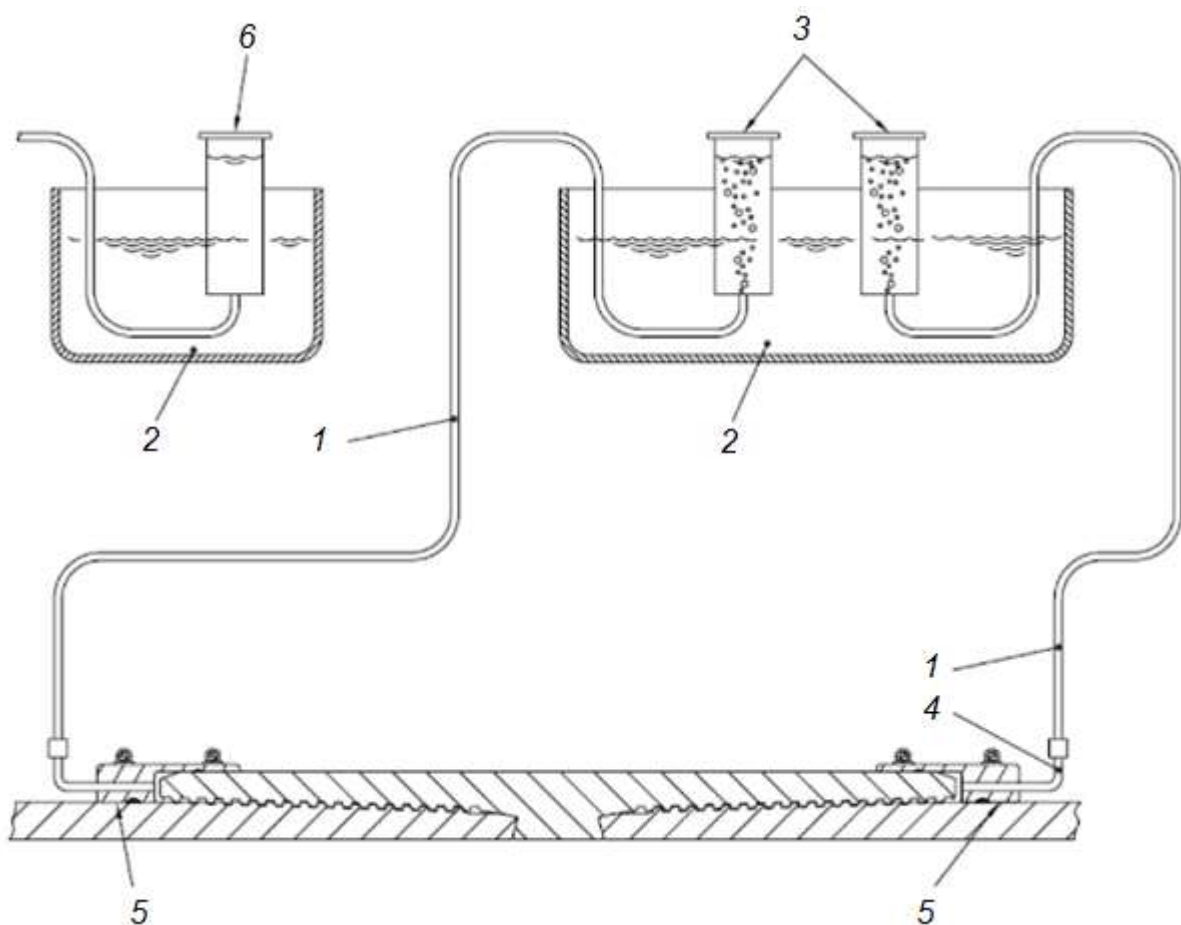

- 1 – гибкий шланг (термостойкий для испытаний при повышенной температуре); 2 – сосуд с водой;
3 – градуированные цилиндры; 4 – термостойкая трубка; 5 – устройство для выявления утечек;
6 – замещающий градуированный цилиндр (того же размера и с той же высотой над уровнем воды, что и цилиндры 3)

Рисунок 11 – Пример конфигурации устройства для выявления утечек пузырьковым методом под внутренним давлением

5.7.6.2 Испытание устройств для выявления утечек под давлением

Каждое устройство для выявления утечек подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) в начале и в конце испытания проверяют уплотнительный материал и переходник на наличие утечки, для чего присоединяют шланг к источнику давления:

- 1) создают давление газа (воздуха или азота) от 0,007 до 0,014 МПа;
- 2) перекрывают подвод газа и наблюдают по манометру за падением давления;

б) при необходимости герметизируют или ремонтируют устройство;

с) периодически вывинчивают переходник, при необходимости очищают отверстие и проводят повторное испытание в порядке, как описано выше.

5.7.6.3 Проверка системы выявления утечек пузырьковым методом

Проверку системы выявления утечек пузырьковым методом осуществляют в следующем порядке:

а) перед началом выполнения программы испытания и после ее выполнения необходимо проверить систему выявления утечек под внутренним давлением путем испытания на наличие утечки и оценки ее чувствительности. В случае выявления утечек системой после проведения испытания следует повторить испытания, проведенные с момента последней оценки системы выявления утечек;

б) для проверки системы на утечки прикладывают давление воздуха или азота от 0,007 до 0,014 МПа. После стабилизации давления перекрывают подвод газа и в течение 2 мин наблюдают за давлением по манометру. Любое падение давления указывает на наличие утечек из системы, которые необходимо выявить и устранить. Уровень чувствительности системы должен быть зарегистрирован и может использоваться для оценки показаний. Чувствительность системы может быть улучшена за счет уменьшения длины шланга;


с) уровень чувствительности системы оценивают, подводя к ней воздух и измеряя прирост объема воздуха в каждом газосборнике. Воздух подводят порциями по 1 см³, как минимум до объема 10 см³. Определяют среднее отношение подводимого и отводимого воздуха на графике (см. рисунок 12). Необходимо зарегистрировать начальный объем подводимого воздуха, нужный для того, чтобы воздух начал скапливаться в газосборнике, но этот объем не влияет на расчетную скорость утечки и поэтому не учитывается в расчете уровня чувствительности. Уровень чувствительности должен составлять не менее 70 %, в противном случае необходимо изменить конфигурацию системы и тем самым повысить чувствительность. Найденный уровень чувствительности должен применяться для коррекции наблюдаемой скорости и объемов утечки во время проведения испытаний и рассчитываться по следующей

$$q_{ac} = \frac{q_0}{\eta_{lds}}, \quad (3)$$

где q_{ac} – фактическая фиксируемая скорость утечки;

q_0 – наблюдаемая скорость утечки;

η_{lds} – уровень чувствительности системы выявления утечек.

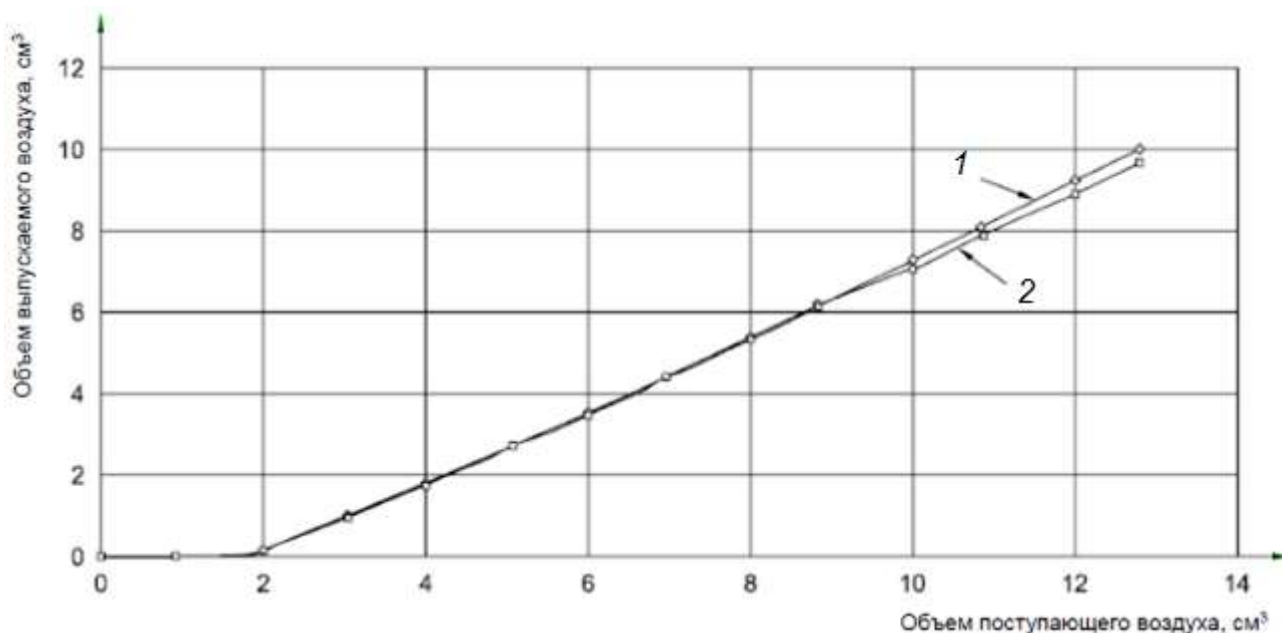

1 – элемент А испытательного образца; 2 – элемент В испытательного образца

Рисунок 12 – Пример графика оценки чувствительности системы выявления утечек

5.7.6.4 Начало испытания

Перед началом испытания под внутренним давлением проводят предварительную загрузку каждой системы выявления утечек путем нагнетания воздуха в систему вблизи раструбного элемента, до появления небольшого количества воздуха в газосборнике. Полученный объем регистрируют в качестве начального объема газа, который будет вычитаться дополнительного объема газа, который накопится в цилиндре в ходе испытания. Полученный объем воздуха должен быть достаточным, чтобы понизить уровень воды в градуированном цилиндре до уровня шкалы перед началом испытаний.

5.7.7 Выявление утечек под внутренним давлением методом гелиевого масс-спектрометра

5.7.7.1 Основные положения


Система выявления утечек методом гелиевого масс-спектрометра (см. рисунок 13) включает следующее:

- устройство для выявления утечек газа;
- трубку или гибкий шланг для соединения устройства для выявления утечек с

линией подачи газа-носителя;

с) линию подачи чистого азота в качестве газа-носителя, соединенную с масс-спектрометром;

d) гелиевый масс-спектрометр (если масс-спектрометр измеряет утечку методом определения концентрации газа в воздухе, необходимо проверить исправность анализатора при атмосферном давлении).

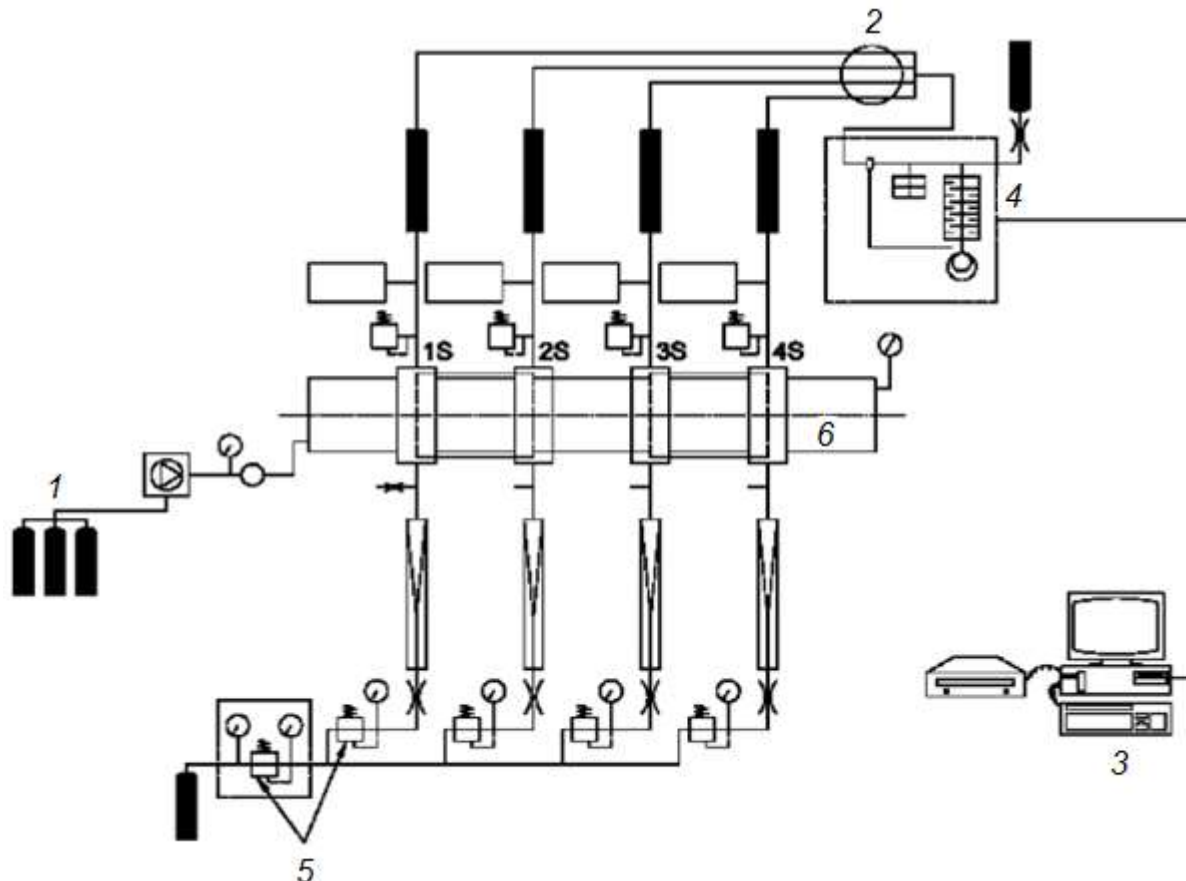

1 – источник внутреннего давления; 2 – кран для отбора проб; 3 – устройство регистрации данных; 4 – масс-спектрометр; 5 – регуляторы подачи газа-носителя; 6 – испытательный образец (изображен с двумя муфтами и четырьмя соединениями 1S, 2S, 3S и 4S)

Рисунок 13 – Выявление утечек при помощи гелиевого масс-спектрометра

5.7.7.2 Точность системы

Система выявления утечек методом гелиевого масс-спектрометра должна обеспечивать в стандартных условиях измерение общей эффективной скорости утечки $0,0001 \text{ см}^3/\text{с}$ или ниже.

5.7.7.3 Калибровка

Всю систему необходимо калибровать не реже, чем один раз в год в соответствии с рекомендациями изготовителя оборудования, с использованием сертифицированного и калиброванного источника утечек. Калиброванный источник утечек должен использоваться вместо испытательного образца при наличии каждого

5.7.7.4 Измерение утечки нескольких образцов

Для испытания нескольких резьбовых соединений или испытательных образцов можно использовать манифольд. Минимальное необходимое время определения концентрации газа в воздухе зависит от оборудования, и его следует определить и продемонстрировать перед началом испытания. Каждая линия должна быть проверена на концентрацию газа не реже одного раза в минуту.

5.7.7.5 Проверка системы

Перед каждым испытанием продувают систему азотом. Фиксированное количество гелия вводят в устройство для выявления утечек или рядом с ним, чтобы убедиться, что детектор реагирует на гелий. Проверяют на утечку гелия всю линию и устройство для выявления утечек. Чтобы убедиться в отсутствии засоров в линии, анализируют содержание гелия в газе. В конце испытания снова продувают линию, чтобы обеспечить отсутствие загрязнений системы в начале испытания.

5.8 Выявление утечек для испытания TS-A

5.8.1 Испытания, проводимые при температуре окружающей среды

5.8.1.1 Основные положения

Резьбовые соединения обсадных и насосно-компрессорных труб подвергают воздействию внутреннего и наружного давлений при температуре окружающей среды в системе, способной выявить возникающие при этом утечки. Выявление таких утечек под действием наружного давления считается более сложным и менее точным, чем выявление утечек под внутренним давлением.

Хотя предпочтительно применять методы выявления утечек, аналогичные указанные в 5.7.6 и 5.7.7, эти методы невозможно применять из-за наличия камеры наружного давления. В результате, выявление утечек для TS-A при температуре окружающей среды в процессе испытаний под внутренним давлением должны проводиться в соответствии с 5.8.1, если камера остается на испытательном образце во время испытания, или в соответствии с 5.7, если камера убирается.

Вытеснения при изменении нагрузки необходимо фиксировать в протоколе; однако данные вытеснения не считаются утечкой в резьбовом соединении. Критерии приемки герметичности под давлением должны соответствовать 8.3. Утечки в резьбовом соединении следует показать на графиках давления.

Для подтверждения предполагаемых утечек, их скорости и источника, проводят дополнительные испытания. В случае предполагаемой утечки под внутренним давлением, камеру наружного давления следует удалить, для оценки каждого

резьбового соединения в собранном испытательном образце по отдельности. При этом вытеснения, наблюдаемые с помощью установленной камеры наружного давления, следует фиксировать, но для оценки точки нагрузки с предполагаемой утечкой должны использоваться только результаты, полученные без камеры наружного давления.

В случае подтверждения утечки без камеры наружного давления, точка(и) нагрузки с предполагаемой утечкой необходимо подвергнуть повторным испытаниям с окончанием в точке нагрузки с той же стороны (CCW или CW), что и при предыдущей оценке, выполненной с камерой наружного давления. Если при выполнении предыдущей последовательности испытаний были предполагаемые утечки в точке нагрузки в обоих направлениях, то оценку утечек без камеры наружного давления следует проводить для предыдущей точки нагрузки в обоих направлениях. Период выдержки для проверки утечек должен быть самым длинным периодом выдержки для данной конкретной точки нагрузки во время данной серии испытаний.

В случае обнаружения предполагаемой утечки с помощью камеры наружного давления допускается продолжить испытания с камерой наружного давления до тех пор, пока серия испытаний не будет завершена, и затем провести проверку утечки без использования камеры наружного давления.

Результат, полученный без камеры наружного давления, следует считать частью испытаний, а не их отклонением.

5.8.1.2 Среда для создания давления

Среды для создания давления рассмотрены в 5.7.2.

Испытания под наружным давлением при температуре окружающей среды должны выполняться с использованием воды или соответствующей нагнетательной среды.

5.8.1.3 Чувствительность и проверка системы выявления утечек под внутренним и наружным давлениями

Для испытаний TS-A при температуре окружающей среды чувствительность к выявлению утечек для испытаний под внутренним и наружным давлениями должны соответствовать 5.7.6.3 при калибровке камеры и испытательного образца соответственно. Чувствительность необходимо зафиксировать и задокументировать в соответствии с 5.7.6.3.

Для облегчения выявления утечек можно использовать индикаторные красители в жидкости, или муфта может быть перенесена на участок между уплотнением металл-металл и началом первого витка резьбы на ниппеле. Второй вариант – измерить промежуток времени, необходимый для того, чтобы жидкость пробил отверстие в


резьбовом уплотнении. Тогда данный промежуток времени следует использовать для определения минимального времени выдержки для текущих одночасовых периодов выдержки после испытаний под наружным давлением.

5.8.1.4 Торцевые заглушки с отверстиями

В торцевых заглушках испытательного образца резьбового соединения должны быть предусмотрены отверстия для заполнения внутренней части образца водой, оснащенные штуцерами высокого давления, способными удержать внутреннее давление при проведении такого испытания. Как правило, требуются два отверстия – одно для подвода воды и одно для отвода воздуха, расположенные на противоположных концах испытательного образца резьбового соединения. Отверстие для отвода воздуха должно быть расположено в торцевой заглушке таким образом, чтобы можно было полностью удалить воздух из испытательного образца. Если не отводить воздух из камеры наружного давления, это может привести к длительному периоду стабилизации и (или) ошибочным результатам при определении герметичности резьбового соединения. Поэтому следует приложить усилия для отвода воздуха из камеры наружного давления, из испытательного образца и из системы выявления утечек. Расположение отверстий для подвода и отвода в надлежащих участках, наклон испытательного образца во время заполнения образца или камеры наружного давления водой, использование смачивающих веществ и т.д. – это примеры способов удаления воздуха из испытательного образца. Кроме того, отверстия должны быть расположены так, чтобы обеспечить удаление воды из резьбового соединения перед дальнейшими испытаниями под внутренним давлением газа.

5.8.1.5 Установка для испытаний TS-A

Пример установки для испытаний TS-A приведен на рисунке 14. Отверстие для отвода воздуха из камеры (позиция 3 на рисунке 14) должно быть в верхней части камеры наружного давления во время настройки и стабилизации. Затем сборный узел поворачивают вокруг его продольной оси так, чтобы отверстие (позиция 3) было как можно ближе к 20° от вертикали или подсоединяют шланг для выявления утечек с другим отверстием, например, в нижней части (180°) или боковой поверхности (90°) камеры, для предотвращения попадания оставшегося воздуха в шланг для выявления утечек. Отверстие, обозначенное позицией 11 на рисунке 14, должно совпадать с внутренним диаметром испытательного образца или быть меньше него.

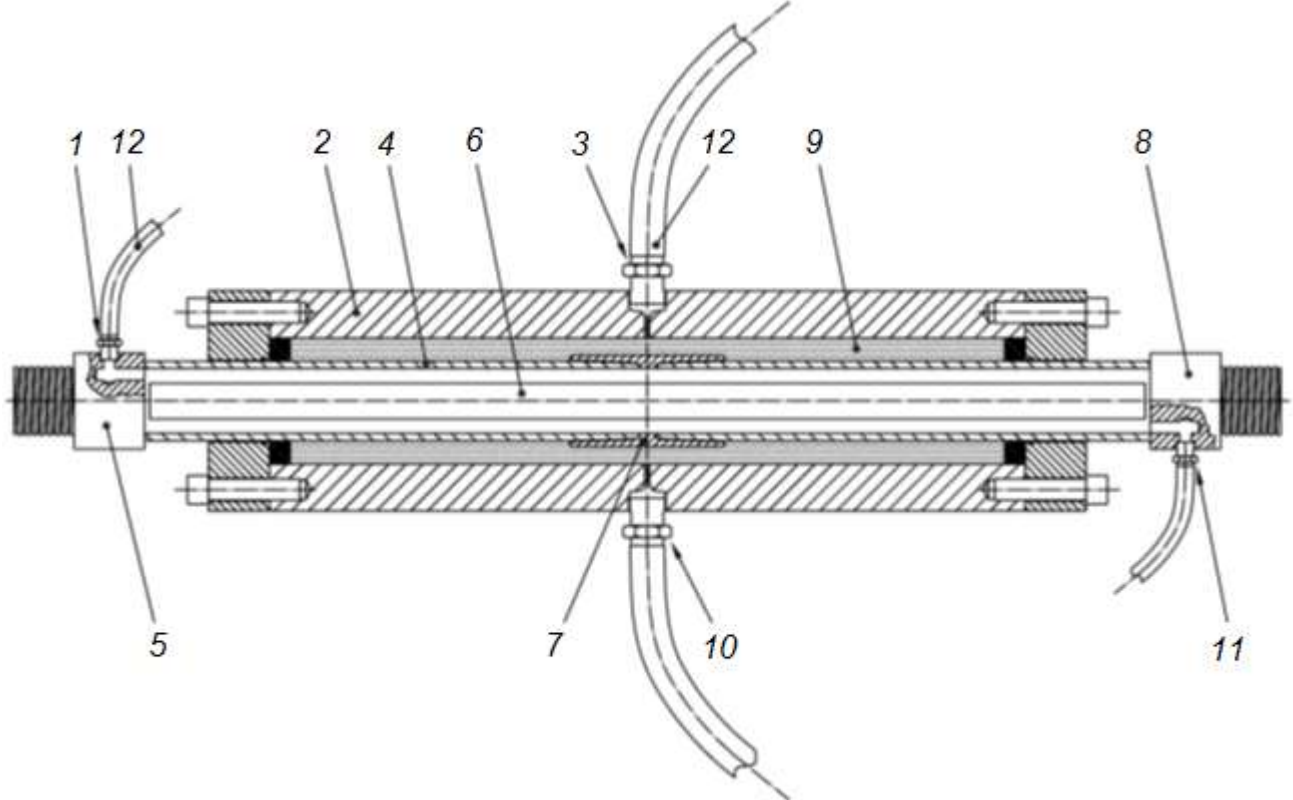

1 – отверстие для датчика давления при испытании под внутренним давлением газа, для выявления утечек при испытании под наружным давлением, и для подвода магистрального воздуха для удаления воды после испытания под наружным давлением; 2 – камера наружного давления; 3 – отверстие, оснащенное гибким шлангом для выявления утечек при испытании под внутренним давлением или датчиком давления при испытании под наружным давлением; 4 – испытываемая труба; 5 – торцевая заглушка с внутренним отверстием сверху, см. позицию 1; 6 – внутренний специальный вкладыш, для безопасности; 7 – испытываемое соединение; 8 – торцевая заглушка с внутренним отверстием снизу, см. позицию 11; 9 – камера, полностью заполненная водой; 10 – отверстие для подвода воды в камеру; 11 – отверстие для подвода газа, для наполнения водой при испытании под наружным давлением, для отвода воды после испытания под наружным давлением; 12 – гибкий шланг для подсоединения к системе выявления утечек, см. позицию 8 на рисунке 15

Рисунок 14 – Пример установки для испытаний TS-A

5.8.1.6 Выявление и измерение утечек по уровню воды

Для испытания под внутренним давлением при температуре окружающей среды, камера и система выявления утечек должны быть заполнены водой в соответствии с 5.8.1.4. В соответствии с 5.8.1.5, гибкий шланг подсоединяют к системе выявления утечек, как показано на рисунке 14 (позиции 3 и 12) и на рисунке 15 (позиция 8).


Для испытаний под наружным давлением при температуре окружающей среды, испытательный образец и система выявления утечек должны быть заполнены водой в соответствии с 5.8.1.4. В соответствии с 5.8.1.5, гибкий шланг подсоединяют к системе выявления утечек, как показано на рисунке 14 (позиции 3 и 12) и на рисунке 15 (позиция 8).

Во время испытаний под давлением TS-A, камера охватывает испытываемое резьбовое соединение и часть трубы по обе стороны от него. Установлено, что при проведении этого испытания сразу после приложения полного давления и осевой нагрузки может иметь место вытеснение значительного объема воды (более 0,9 см³ за 15 мин). При этом интенсивность вытеснения воды обычно постепенно уменьшается. Поэтому необходим период стабилизации перед началом требуемого периода выдержки под давлением. С учетом этой особенности, во время испытаний под давлением TS-A следует руководствоваться следующими условиями:

- a) прикладывают полное требуемое внутреннее или наружное испытательное давление и закрывают вентили на напорных линиях, идущих от нагнетательного насоса;
- b) для поддержания требуемого давления сразу после закрытия вентилей может потребоваться небольшое повышение давления;
- c) вскоре после закрытия вентилей (после приложения заданных нагрузок и стабилизации системы выявления утечек) начинают регистрировать осевые нагрузки, давление и уровни воды в градуированных цилиндрах;
- d) продолжают регистрировать осевые нагрузки, давление и уровни воды в градуированных цилиндрах в соответствии с 8.3;
- e) документально фиксируют скорость утечки и отмечают направление утечки в газосборнике. Критерии приемки герметичности по давлению приведены в 8.3.

В начале испытания под внутренним и под наружным давлениями большой градуированный цилиндр, показанный на рисунке 15, должен быть заполнен водой примерно наполовину. Перед приложением и регулировкой испытательных нагрузок открывают большой вентиль (позиция 1 на рисунке 15) и закрывают малый вентиль (позиция 2 на рисунке 15). При приложении испытательных нагрузок уровень воды в большом цилиндре будет повышаться или понижаться. В начале периода выдержки открывают малый вентиль (позиция 2 на рисунке 15) и перемещают малый градуированный цилиндр вверх или вниз так, чтобы уровень воды в нем стал близким к дну цилиндра. Затем закрывают большой вентиль (позиция 1 на рисунке 15). При утечке из резьбового соединения, уровень воды в малом цилиндре будет повышаться, и его измерение судить о скорости утечки. Для облегчения наблюдения за уровнем воды в цилиндрах рекомендуется добавить краситель.

Для определения характеристики утечки, уровень воды в малом цилиндре должен регистрироваться в начале и в конце каждого периода выдержки, а при наличии утечки из резьбового соединения – с периодичностью, установленной в 8.3.2.

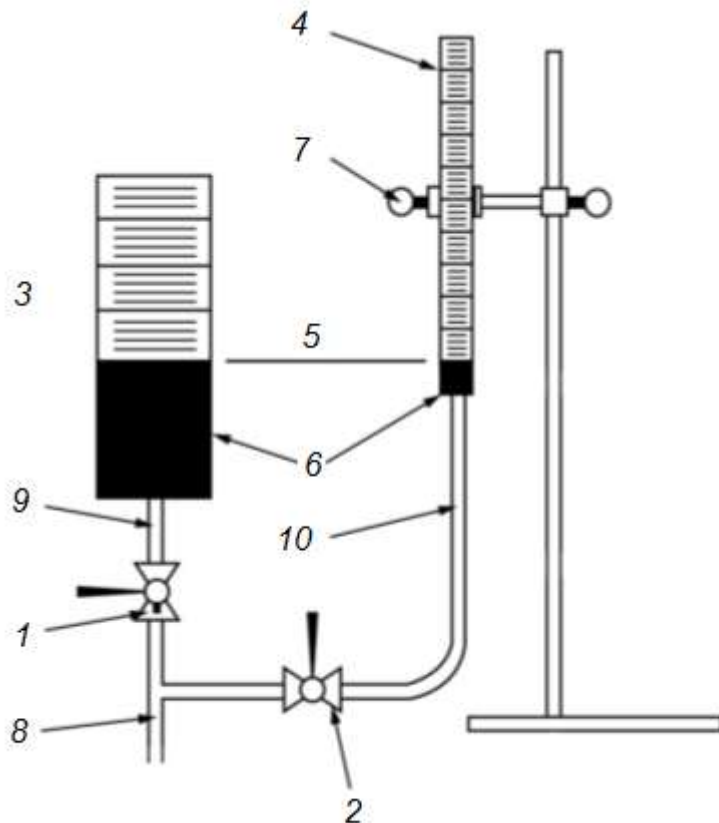

1 – вентиль перед большим градуированным цилиндром; 2 – вентиль перед малым градуированным цилиндром; 3 – большой градуированный цилиндр с открытым верхом (приблизительно от 100 до 200 см³); 4 – малый градуированный цилиндр с открытым верхом (приблизительно 25 см³), с ценой деления 0,1 см³; 5 – уровень воды; 6 – подкрашенная вода; 7 – регулируемый кронштейн цилиндра, позволяющий разместить дно цилиндра на уровне воды от 100 до 200 см³ в начале каждого периода выдержки; 8 – гибкий шланг, соединенный с верхней частью камеры при испытании под внутренним давлением газа и с верхним отверстием одной из торцевых заглушек при испытании под наружным давлением; 9 – гибкий шланг, соединенный с большим цилиндром; 10 – гибкий шланг, соединенный с малым цилиндром

Примечание – Установку нельзя использовать для испытания при повышенной температуре.

Рисунок 15 – Пример системы выявления утечек для TS-A с камерой наружного давления на образце для испытаний под внутренним и наружным давлением при температуре окружающей среды

5.8.2 Испытания, проводимые при повышенной температуре

5.8.2.1 Основные положения

Из-за сложности проведения испытания под наружным давлением при повышенной температуре использованием точной системы выявления утечек, основным принципом является работа соединения при повышенной температуре, а система выявления утечек используется для выявления утечек в резьбовом соединении только в информационных целях.

Выявление утечек в TS-A при повышенной температуре производят с помощью метода падения давления. При удалении камеры наружного давления, испытание под внутренним давлением при повышенной температуре должно выполняться в

соответствии с 5.7. Утечки, независимо от метода выявления (давление, объем или скорость), следует фиксировать в протоколе.

Для испытания TS-A при повышенной температуре применяют требования 5.10.

5.8.2.2 Среда для создания давления

Испытания под внутренним давлением выполняют с использованием сухого азота. Испытания под наружным давлением выполняют с использованием соответствующей жидкости, которая остается в жидком состоянии при температуре выше температуры испытания.


5.8.2.3 Чувствительность и проверка системы выявления утечек при TS-A

Для испытаний TS-A при повышенной температуре чувствительность выявления утечек, равная чувствительности выявления утечек под внутренним давлением (см. 5.7.3), невозможна из-за сложности, точности и безопасности. Для выявления утечек при повышенной температуре в условиях TS-A следует применить метод падения давления (см. 5.8.2.4). В результате чувствительность выявления утечек равна чувствительности датчика давления. Результаты необходимо документально зафиксировать.

5.8.2.4 Выявление и измерение утечек методом падения давления

Выявление утечек методом падения давления можно применять для испытаний TS-A при повышенной температуре. Изменения давления при изменении нагрузки следует фиксировать и указывать в протоколе; однако, данные изменения давления не считаются утечкой в резьбовом соединении. Критерии приемки герметичности резьбовых соединений должны соответствовать 8.3. Утечки в резьбовом соединении должны быть указаны на графиках давления.


При испытаниях под внутренним давлением камера наружного давления заполняется соответствующей нагнетательной средой; и отверстие (позиция 10 на рисунке 16) закрывается, в то время как датчик давления используется для контроля давления в пределах камеры наружного давления в отверстии (позиция 3 на рисунке 16). Давление в камере наружного давления должно поддерживаться на уровне менее 1,4 МПа. В периоды выдержки при внутреннем давлении, снижение внутреннего давления сопровождается повышением наружного давления, и указывает на возможную утечку в резьбовом соединении под действием внутреннего давления.

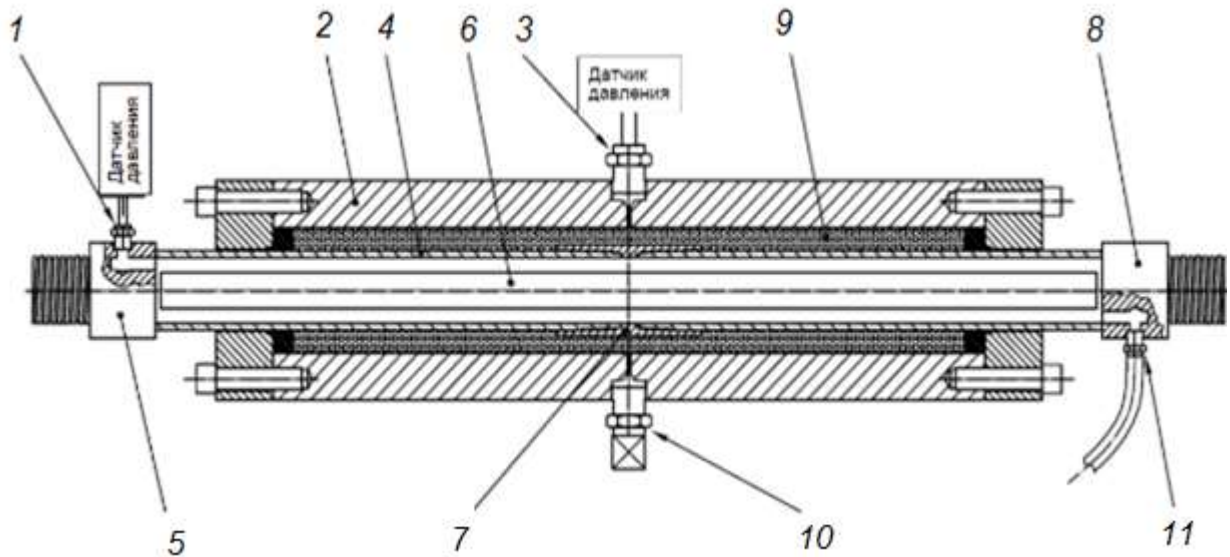

1 – отверстие для датчика давления при испытании внутренним давлением газа;
2 – камера наружного давления; 3 – отверстие, оборудованное датчиком давления для испытания под внутренним давлением газа; 4 – испытываемая труба; 5 – торцевая заглушка с внутренним отверстием сверху, см. позицию 1; 6 – внутренняя уплотнительная прокладка, для безопасности; 7 – испытываемое соединение; 8 – торцевая заглушка с внутренним отверстием снизу, см. позицию 11; 9 – камера, полностью заполненная жидкостью; 10 – отверстие для подвода жидкости в камеру, закрытое при испытании под внутренним давлением газа; 11 – отверстие для подвода газа под давлением

Рисунок 16 – Пример установки для TS-A при повышенной температуре (внутреннее давление)

При испытаниях под наружным давлением образец наполняют газовой или жидкой средой. Отверстие торцевой заглушки (позиция 11 на рисунке 17) закрывается, в то время как датчик давления используется для контроля давления в пределах испытательного образца в отверстии (позиция 1 на рисунке 17). Давление в пределах испытательного образца должно поддерживаться на уровне менее 1,4 МПа. В периоды выдержки при наружном давлении, понижение наружного давления, сопровождаемое повышением внутреннего давления, указывает на возможную утечку в резьбовом соединении под действием наружного давления. Повышение давления в образце не совпадает с потерей давления в камере. Исходя из того, что для создания наружного давления используется соответствующая нагнетательная среда, может потребоваться значительный объем утечки, прежде чем внутреннее давление повысится настолько, насколько необходимо для выявления утечки.

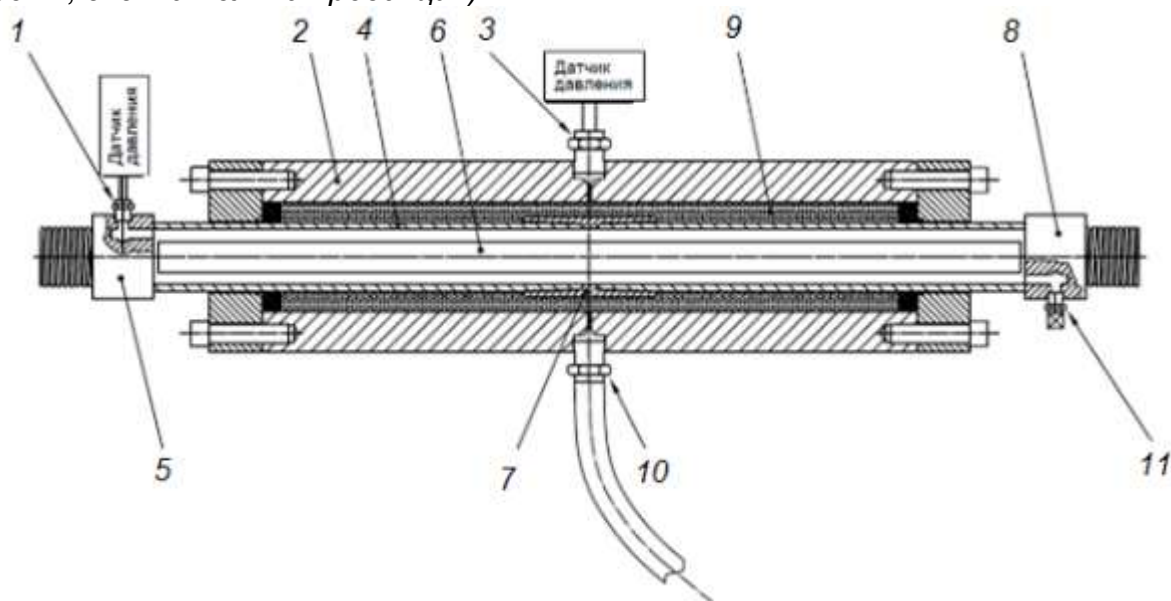

1 – отверстие для датчика давления при испытании под наружным давлением газа, подвода магистрального воздуха для удаления воды после испытаний под наружным давлением; 2 – камера наружного давления; 3 – отверстие, оборудованное датчиком давления для испытания под наружным давлением; 4 – испытываемая труба; 5 – торцевая заглушка с внутренним отверстием сверху, см. позицию 1; 7 – испытываемое соединение; 8 – торцевая заглушка с внутренним отверстием снизу, см. позицию 11; 9 – камера, полностью заполненная жидкостью; 10 – отверстие для подвода жидкости под давлением в камеру; 11 – отверстие для подвода жидкости при испытании под наружным давлением, отвода жидкости после испытания под наружным давлением

Рисунок 17 – Пример установки для TS-A при повышенной температуре (наружное давление)

Выявление утечек для TS-A при повышенной температуре осуществляют при помощи контроля приложенного давления на предмет возможной утечки в резьбовом соединении. Фиксируют скорость потери давления (МПа/мин) с интервалом 5 мин, динамику скорости падения давления, и число повышений давления во время выдержки. Длительная потеря давления или увеличение скорости потери давления указывают на возможную утечку в резьбовом соединении. Критерии приемки герметичности резьбовых соединений приведены в 8.3.

Для подтверждения предполагаемых утечек, определения их скорости и источника, проводят дополнительные испытания. При наличии предполагаемой утечки под действием внутреннего давления камеру наружного давления следует удалить, а испытание под внутренним давлением повторить, чтобы каждое резьбовое соединение в сборке образца можно было оценить отдельно с выявлением и измерением утечек пузырьковым методом (см. 5.7.7) или методом гелиевого масс-спектрометра (см. 5.7.8). В случае предполагаемой утечки под действием наружного давления и по согласованию между изготовителем и заказчиком, можно завершить испытания при

повышенной температуре и провести испытания TS-A при температуре окружающей среды при уровне 90 % для подтверждения утечки или обосновать ее сложностью выявления утечек при повышенной температуре. В противном случае, при отсутствии согласования между сторонами, образец следует охладить до температуры окружающей среды и повторить испытание под наружным давлением при температуре окружающей среды при уровне 90 % с выявлением и измерением утечек по уровню воды (см. 5.8.1.6).

5.9 Сбор данных и методы испытаний

5.9.1 Общие положения

Правильная и точная регистрация данных имеет существенное значение при выполнении программы испытаний. Без соответствующей регистрации данных невозможно обеспечить объективную оценку качества резьбового соединения.

5.9.2 Принципы испытаний

Испытательные образцы подвергаются воздействию комбинации нагрузок, включая осевую нагрузку, давление, изгиб и температуру. Соответствующее измерение и контроль этих нагрузок необходимы для выполнения программы испытаний. Для точек нагрузки без преднамеренного изгиба, изгибающие нагрузки могут быть вызваны изменениями в трубе или выравниванием элементов испытательного образца и нагрузочного устройства. Рекомендуется предусмотреть крепление испытательных образцов приспособлениями, предотвращающими изгиб. Испытательные лаборатории должны поддерживать процессы управления изгибом испытательных образцов.

Контроль параметров деформации во время испытаний позволяет проанализировать реакцию резьбового соединения на условия испытаний и подтвердить правильность приложения испытательным оборудованием запланированных нагрузок. Возможно подключение тензометров к резьбовому соединению (наружный диаметр раструбного элемента/замковой муфты и внутренний диаметр ниппельного элемента) и (или) по отношению к телу трубы.

5.9.3 Процедура

5.9.3.1 Общие положения

Контролируют и регистрируют внутреннее или наружное давление, осевую нагрузку, изгибающую нагрузку и температуру, воздействующие на испытательный образец. Для каждого испытания непрерывно регистрируют давление, осевую нагрузку и температуру во времени. Данные сведения следует регистрировать в цифровой форме. При цифровой регистрации скорость сбора данных должна соответствовать ожидаемым изменениям нагрузки и давления, но не должна быть менее одного

показания с каждого канала каждые 15 с. Для испытаний при предельных нагрузках рекомендуется более высокая скорость сканирования.

5.9.3.2 Давление и (или) осевая нагрузка

К внутренней или наружной поверхности испытательного образца резьбового соединения присоединяют датчик давления. При этом его размещают со стороны отверстия для отвода воздуха, а не со стороны отверстия для нагнетания давления.

Каждый образец нагружают усилием со скоростью роста осевой нагрузки не более 105 МПа/мин. Каждый образец нагружают давлением со скоростью роста давления не более 105 МПа/мин. Нагружение образцов может осуществляться непрерывно или дискретно. Однако в случае дискретного нагружения скорости роста осевой нагрузки и давления не должны превышать максимальной скорости. При снятии давления и осевой нагрузки максимальная и минимальная скорость не устанавливаются.

Примечание – Эти скорости указаны для обеспечения точной регистрации данных о герметичности и конструктивных характеристиках во время испытаний.

Давление и (или) осевые нагрузки на нагрузочное устройство в периоды выдержки должны поддерживаться выше расчетных нагрузок. Нагрузка давлением в периоды выдержки должна поддерживаться в пределах расчетного давления $\pm 1,4$ МПа или ± 1 %, в зависимости от того, что больше. Осевая нагрузка на нагрузочное устройство в периоды выдержки должна поддерживаться в пределах расчетной осевой нагрузки на раму $\pm 0,5$ % или ± 22 кН, в зависимости от того, что больше.

Добавление или удаление осевых нагрузок, нагрузок давлением или изгибающих нагрузок допустимо в периоды выдержки для сохранения нагрузок в пределах требуемого допустимого диапазона. Снижение осевой нагрузки на нагрузочное устройство, давления, изгиба или температуры до значений меньше нижнего допустимого предела не влияют на выдержку; однако период выдержки следует продлить, чтобы выдержать общее суммарное время выдержки при нагрузках в пределах допустимого диапазона. Превышения верхнего допустимого предела для заданного периода выдержки следует избегать. Если они происходят, их следует зафиксировать.

5.9.3.3 Применение тензометров, установленных на резьбовом соединении, во время испытаний на свинчивание-развинчивание

Во время испытаний на свинчивание-развинчивание могут быть применены тензометры. При их применении и, если предполагается осуществлять сбор данных во время свинчивания и развинчивания, испытательный образец перед начальной

сборкой должен быть снабжен измерительной аппаратурой для контроля деформации. Если данные по деформации тела трубы собираются во время испытаний на свинчивание-развинчивание, следует использовать двухосные или трехосные тензометры.

Примечание – Двухосные тензометры измеряют основные деформации во время испытаний с комбинированной нагрузкой; однако, при испытаниях на свинчивание-развинчивание более целесообразно применение трехосных тензометров, т.к. основной деформацией трубы во время свинчивания и развинчивания является деформация кручения.

Для размещения тензометров можно использовать различные осевые положения. Минимальное количество тензометров в каждом осевом положении должно быть следующим:

а) для труб наружным диаметром до 101,60 мм включ. минимальное количество тензометров – три, расположенных по окружности (каждые 120°), на равном расстоянии друг от друга;

б) для труб наружным диаметром свыше 101,60 мм минимальное количество тензометров – четыре, расположенных по окружности (каждые 90°) на равном расстоянии друг от друга.

Для свинчиваний и развинчиваний тензометры устанавливают внутри ниппеля и снаружи муфты (для соединений IJ – снаружи муфты), на стороне, противоположной любым участкам уплотнения металл-металл. Если уплотнений металл-металл несколько, тензометры размещают напротив каждого уплотнения, как можно ближе к середине участка уплотнения. Внутренние и наружные тензометры размещают в соответствующих осевых положениях (т.е. при свинчивании резьбового соединения осевое положение внутренних и наружных тензометров должны совпадать). Расположение по окружности может не совпадать.

Для каждого свинчивания показания тензометра следует фиксировать отдельно:

- для ниппеля и муфты (раструбного элемента) не в сборке;
- для резьбового соединения в сборке, свинченного вручную и(или) ленточным ключом;
- для полностью свинченного резьбового соединения.

В случае выхода из строя первого образца из-за заедания, обязательно использование тензометров при повторных испытаниях для сбора данных во время сборки образца.

Перед первым свинчиванием тензометры необходимо установить на ноль и выполнить их параллельную калибровку. При многократном свинчивании и

развинчивании не допускается корректировать калибровку и нулевое положение между циклами свинчивания и развинчивания (т.е. повторный сброс на ноль не допускается). После FMU внутренние тензометры и связанные с ними провода следует отсоединить и удалить.

5.9.3.4 Применение тензометров для измерения изгиба

5.9.3.4.1 Общие положения

Для TS-B с изгибом требуется использование тензометров для тела трубы. Тензометры могут быть использованы для контроля случайного изгиба в других сериях испытаний.

Эквивалентное осевое усилие изгиба в теле эталонной трубы для расчетного изгиба определяется по формуле

$$F_b = 9,13857 * 10^{-7} \times (t_{avg} D_{avg}^2 - t_{avg}^2 D_{avg}) \times E \times D_{leg}, \quad (4)$$

где F_b – эквивалентное осевое усилие изгиба, кН;

t_{avg} – измеренная средняя толщина стенки испытательного образца, мм;

D_{avg} – максимальный, из средних измеренных в установленных плоскостях наружных диаметров испытательного образца трубы, мм;

D_{leg} – эффективная степень прогиба, градусы на 30 м;

E – модуль упругости материала тела трубы, МПа (см. 5.5.2).

Константа $9,13857 * 10^{-7}$ основана на переводе единиц измерения и геометрических коэффициентах, учитывающих напряжение на наружной поверхности трубы в плоскости изгиба. Формула (4) получается с помощью задания плоского напряжения равным напряжению изгиба наружной поверхности и расчета осевой нагрузки. Расширенная информация по формуле и ее происхождению приведена в D.6.2.2.

5.9.3.4.2 Положение и ориентация тензометров

При измерении изгиба при помощи тензометров размещают четыре одноосных тензомера на оба патрубка в одних и тех же расположенных на равном расстоянии друг от друга с интервалом 90° плоскостях и на расстоянии не менее $3\sqrt{(D \times t)}$ от резьбового соединения и любой торцевой заглушки или крепления. Если необходимо дополнительно использовать тензометры для сбора данных о кольцевой деформации, можно использовать двухосные тензометры. Рекомендуется настроить тензомер на 0° в соответствии с расположением самой тонкой стенки. Положение/ориентацию каждого тензомера необходимо документально зафиксировать.

Существует два метода контроля расчетного изгиба: метод контроля, основанный на изгибающем моменте (D_{leg}) и метод контроля, основанный на

эквивалентном напряжении. В обоих случаях для контроля расчетного изгиба применяют тензометры. Испытательная лаборатория должна выбрать один метод и использовать его на протяжении всего испытания.

Калибровка и нулевое положение тензометра не должны корректироваться на протяжении любой серии испытаний (т.е. повторный сброс на ноль не допускается); любой остаточный изгиб является частью общего приложенного изгибающего момента. Однако, если в конце испытаний TS-B без изгиба при температуре окружающей среды испытательный образец остался достаточно прямым (что должно быть продемонстрировано другими способами), допускается повторный сброс на ноль (пока образец находится при повышенной температуре), так как считается, что остаточные деформации (приводящие к расчетному изгибу) являются результатом не изгиба, а неравномерного деформационного упрочнения материала тела трубы. В случае необходимости замены тензометра или его повторного сброса на ноль, стороны должны согласовать процедуру и последующие изменения в ходе испытаний.

5.9.3.4.3 Контроль кривизны по изгибающему моменту

При методе контроля по изгибающему моменту (D_{leg}), к резьбовому соединению применяют изгиб и доводят до минимального изгибающего момента, установленного для испытаний на изгиб, рассчитанный по результатам измерения напряжений тензометрами тела трубы. Для каждого патрубка изгиб рассчитывается в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Изгиб рассчитывается для каждой плоскости и две плоскости комбинируют векторно для определения изгибающего момента. Применять изгибающий момент необходимо до тех пор, пока наибольшее из показаний двух патрубков не достигнет расчетного значения. Контролируют показания тензометров тела трубы, рассчитывают изгибающее напряжение, изгибающий момент и прогиб, и непрерывно регистрируют прогиб.

В периоды выдержки прилагаемую изгибающую нагрузку необходимо поддерживать, как минимум в пределах расчетной изгибающей нагрузки, и как максимум в пределах расчетной изгибающей нагрузки плюс предельное отклонение, указанное ниже. Отклонение ниже расчетной изгибающей нагрузки не влияет на выдержку; однако, период выдержки следует увеличить, чтобы выдержать общее суммарное времени выдержки при изгибающей нагрузке в пределах допустимого диапазона. Отклонения выше верхнего допустимого предела для заданного периода выдержки следует исключить. Если они возникают, их следует зафиксировать:

а) для труб наружным диаметром до 73,02 мм включ. – максимально допускаемый изгиб $3,0^\circ$ на 30 м;

(Проект, окончательная редакция)

b) для труб наружным диаметром от 73,02 до 101,60 мм – максимально допускаемый изгиб 2,0° на 30 м;

c) для труб наружным диаметром от 101,60 до 139,70 мм – максимально допускаемый изгиб 1,5° на 30 м;

d) для труб наружным диаметром от 139,70 до 254,00 мм – максимально допускаемый изгиб 1,0° на 30 м;

e) для труб наружным диаметром свыше 254,00 мм – максимально допускаемый изгиб 0,5° на 30 м.

5.9.3.4.4 Контроль кривизны по эквивалентному напряжению

При методе контроля по эквивалентному напряжению каждая точка приложения изгибающей нагрузки соответствует точке нагрузки без изгиба при одном и том же расчетном уровне напряжений. Целью такого метода является замещение части осевой нагрузки изгибающей нагрузкой таким образом, чтобы уровень напряжения до и после приложения изгиба был эквивалентным. Данный метод можно использовать только для резьбовых соединений, передающих изгиб на тело трубы, например, соединения со 100 % эффективностью изгиба (см. 5.9.3.4).

Изгиб необходимо прикладывать и контролировать в одной плоскости. Следует установить соответствующее крепление для ограничения поперечного изгиба, и контролировать его. Изгиб QI необходимо контролировать тензOMETром на стороне растяжения трубы, а изгиб QII – тензOMETром на стороне сжатия трубы.

Сначала прикладывают нагрузки на этапе нагрузки без изгиба и регистрируют напряжение контрольным тензOMETром на каждом патрубке. Порядок точек нагрузки с изгибом и без него можно поменять таким образом, что точку одноосной нагрузки можно применить до применения изгиба. Затем уменьшают осевую нагрузку на расчетное значение, и прикладывают изгибающую нагрузку до тех пор, пока контрольный тензOMETр не вернется к последнему значению, зарегистрированному на предыдущей точке приложения нагрузки без изгиба. Когда расчетный изгиб достигнут, можно начать период выдержки. ТензOMETр может сползти во время выдержки из-за того, что материал нагружается сверх предела упругости. Изгибающую нагрузку можно снизить для сохранения напряжения в указанных далее допустимых пределах.

Предельное отклонение на прилагаемую изгибающую нагрузку составляет 2 % упругой деформации, основанной на модуле упругости, определенного ранее, и SMYS или 50 мкм/м, в зависимости от того, что больше.

5.9.3.4.5 Измерение изгиба

ТензOMETры, используемые для измерения изгиба, не должны быть более

6,35 мм. Осевое положение тензометров зависит от метода приложения изгибающей нагрузки, как указано далее. В качестве альтернативы для измерения изгиба могут применяться методы измерения (например, видео, лазерные, фотограмметрические методы). Альтернативные методы измерения необходимо документировать для демонстрации достижения требуемого минимального изгиба в каждой точке приложения изгибающей нагрузки.

Применяют два метода нагружения для запланированного изгиба:

а) четырехточечный изгиб.

Оба изгибающих цилиндра размещают на одинаковом расстоянии от конечных опор и прилагают с их помощью одинаковую нагрузку. Тензометры, используемые для контроля изгиба, должны располагаться на теле трубы между двумя изгибающимися цилиндрами, при условии соблюдения требований 5.9.3.4.2;

б) равномерный изгиб при помощи вращающихся концевых креплений, при котором прилагаемый изгибающий момент должен быть одинаковым на обоих концах. Тензометры могут быть расположены в любом месте по длине трубы, при условии соблюдения требований, указанных в 5.9.3.4.2.

5.9.3.5 Испытания под предельной нагрузкой

Контролируют и регистрируют внутреннее или наружное давление и осевую нагрузку, приложенные к испытательному образцу.

При каждом испытании под предельной нагрузкой фотографируют образец после отказа и указывают место и характер разрушения. Отмечают основные нагрузки и размеры в соответствии с рисунком В.7. Результаты испытания регистрируют и записывают в протоколы испытаний (см. раздел 9 и приложение С). О завершении испытаний см. 7.4.2.

5.10 Испытания при повышенной температуре

5.10.1 Основные положения

Целью механических циклических испытаний при температуре окружающей среды и при повышенной температуре (TS-A и B) и термоциклических испытаний (TS-C) является имитирование условий эксплуатации и ускорение потенциальной утечки путем циклического термического воздействия на резьбовое соединение, при одновременном воздействии осевого растяжения, сжатия, изгиба и внутреннего давления. Для последней серии механических циклических испытаний при температуре окружающей среды при TS-A, TS-B и TS-C, температура испытательного образца (трубы и резьбового соединения) должна быть менее 35 °C включ.

5.10.2 Аппаратура

Колебания температуры для механических и термоциклических испытаний могут достигаться любыми средствами, способными обеспечивать равномерное изменение температуры резьбового соединения в пределах температурного диапазона испытания. Аппаратура не должна подвергать испытательные образцы воздействию температур, значительно превышающих температуру, предусмотренную процедурой испытаний.

Применяемые нагрев и охлаждение должны равномерно распределяться по муфте или резьбовому соединению, что применимо.

На каждом образце должно быть предусмотрено минимум две термопары. Обе термопары должны находиться в центре муфты для соединений с резьбой и муфтой (T&C) и в центре резьбового соединения для интегрального соединения. Термопары должны располагаться на расстоянии 180° друг от друга (сверху и снизу для горизонтально ориентированных испытаний). Необходимо следить, чтобы измеряемая температура не зависела от колебаний температуры вблизи термопары, и чтобы измеренная температура была показательной для всего резьбового соединения. По усмотрению заказчика или изготовителя можно использовать дополнительные термопары для измерения, контроля или справочного измерения.

При TS-A, TS-B и TS-C во время периодов выдержки при повышенной температуре показания термомпар должны находиться в пределах ± 15 °C от установленной повышенной температуры испытаний для установленного уровня применения резьбового соединения. Временные отклонения ниже данных пределов допустимы (особенно при повышении и понижении давления); однако, отсчет времени выдержки не следует начинать до тех пор, пока показания термомпар не достигнут допустимого диапазона. Если временные отклонения ниже пределов, а период выдержки уже начался, выдержку следует продлить, чтобы соблюсти общее суммарное время выдержки при температуре в пределах диапазона. Отклонения выше заданной температуры могут повлиять на эксплуатационные характеристики резьбового соединения. Если происходит случайное отклонение выше максимально допустимой температуры, его следует зафиксировать и связаться с уполномоченными лицами для получения дальнейших указаний. За температуру испытательного образца принимают среднее значение из показаний термомпар резьбового соединения. Максимальная температура испытательного образца должна быть не ниже 135 °C для CAL II и не ниже 180 °C – для CAL III и CAL IV.

При TS-C минимальной температурой для каждого термического цикла является

среднее из показаний двух термомпар, при этом минимальная температура должна быть не выше 52 °С для каждого уровня применения, без ограничения по нижней границе. В каждом из пяти циклов давления-растяжения термомпары по окончании TS-C (позиция 10 на рисунке 31) не должны превышать 35 °С.

Термические и механические циклы могут быть непрерывными или прерываться на ночь или для ремонта оборудования.

Выявление утечек при TS-B и TS-C должно осуществляться в соответствии с 5.7. Выявление утечек при TS-A должно осуществляться в соответствии с 5.8. Во время циклических испытаний при повышенной температуре возможны небольшие изменения уровня воды в градуированных цилиндрах. Такие колебания происходят бессистемно и необязательно связаны с утечкой в резьбовом соединении, а могут быть обусловлены быстрыми изменениями температуры и барометрического давления.

Критерии приемки герметичности под давлением приведены в 8.3.

6 Подготовка испытательных образцов

6.1 Общие цели испытаний

Контроль и выбор испытательных образцов имеют решающее значение, поскольку метод основан на оценке конфигурации резьбового соединения с крайними значениями допускаемых отклонений/наихудшим случаем, а не на случайной выборке. Оценка крайних значений допускаемых отклонений учитывает эксплуатационные параметры размеров, момент свинчивания, тип и количество резьбовой смазки. Предельные отклонения изделия установлены с учетом эксплуатационных характеристик, производственных возможностей и стоимости производства. Следует учесть, что данный метод испытаний не могут служить статистической базой для анализа рисков, и не дает конкретных указаний по применению резьбовых соединений.

Полноразмерные испытательные образцы изготавливают и испытывают при крайних значениях эксплуатационных характеристик резьбового соединения с учетом данных чертежей, планом качества, рабочими процедурами (включая процедуры нанесения резьбовой смазки) и моментами свинчивания, указанными в информационных листах геометрических данных и эксплуатационных характеристиках резьбового соединения, а также в процедурах контроля качества. В таблице 2 приведены общие цели испытаний испытательных образцов резьбового соединения. В таблице 3 приведены рекомендации по выбору образцов для испытания резьбовых соединений с уплотнением металл-металл и конической резьбой. Крайние значения испытательного образца должны соответствовать указанным целям испытаний. Для

резьбовых соединений с характеристиками, отличными от указанных в таблице 3, необходимо определить и документировать крайние значения, соответствующие наихудшему случаю, которые и будут использованы для испытаний.

Т а б л и ц а 2 – Цели испытания испытательного образца для CAL

Номер образца	Цель свинчивания	Цель испытания под нагрузкой	Испытание под предельной нагрузкой					
			Цель испытания	Пункт	Номер траектории испытания ^a			
					CAL I	CAL II	CAL III	CAL IV
1	Заедание резьбы	Минимальная герметичность ^b	Растяжение с повышением внутреннего давления до разрушения	7.5.6	LL5	LL5	LL5	LL5
2	Заедание резьбы	Минимальная герметичность ^b	Внутреннее давление с увеличением сжатия до разрушения	7.5.5	-	-	LL4	LL4
3	Склонность к заеданию в наихудшем уплотнении	Минимальная герметичность ^b	Высокое внутреннее давление с увеличением растяжения до разрушения	7.5.2	-	-	LL1	LL1
4	Максимальное осевое напряжение в ниппельном элементе	Стойкость к утечке при максимальной плотности свинчивания ^b	Внутреннее давление с увеличением сжатия до разрушения (CAL II) или сжатие с увеличением наружного давления до разрушения (CAL III и IV)	7.5.5 (CAL II) или 7.5.3 (CAL III и IV)	-	LL4	LL2	LL2
5	Максимальное окружное напряжение в муфте	Максимальная плотность свинчивания ^b	Увеличение растяжения до разрушения	7.5.4	LL3	LL3	LL3	LL3

^a Номера траекторий испытаний относятся к испытаниям на разрушение, см. рисунки 35 или 36.
^b Основная цель испытания.

Т а б л и ц а 3 – Выбор испытательных образцов для испытания резьбовых соединений с уплотнением металл-металл и конической резьбой

Номер образца	Цель испытания	Состояние свинчивания	Натяг по резьбе	Натяг по уплотнению	Конусность резьбы ниппельного элемента	Конусность резьбы раструбного элемента	Окончательный крутящий момент
1	Заедание в резьбе и герметичность	Минимальный натяг по уплотнению	Очень высокий	Очень низкий	Малая	Большая	Минимальный
2	Герметичность	Минимальный натяг по уплотнению	Очень высокий	Очень низкий	Малая	Большая	Минимальный
3	Заедание в уплотнении и герметичность	Максимальный натяг по уплотнению	Низкий	Высокий	Большая	Малая	Максимальный
4	Уплотнение	Максимальный крутящий момент в заплечике	Низкий	Низкий	Малая	Большая	Максимальный
5	Заедание	Максимальная общая герметичность	Высокий	Высокий	Большая	Малая	Максимальный

6.2 Идентификация и маркировка испытательных образцов

На каждый испытательный образец наносят маркировку со следующей информацией (см. рисунок 18):

а) номер испытательного образца (т.е. 1, 2, 3, 4 или 5) должен быть нанесен на оба патрубка и на муфту (по применимости);

б) после номера испытательного образца указывают обозначение патрубка (А или В);

в) на соответствующем конце муфты наносят сторону муфты (А или В). Идентификационная маркировка, нанесенная изготовителем муфты, может отличаться от требуемой маркировки испытательного образца; однако, изготовитель должен представить документацию, в которой нанесенная им маркировка привязана к требуемой маркировке испытательного образца;

г) замененные и (или) повторно обрабатываемые резьбовые соединения обозначают «R1» после А или «В», если повторная обработка производится впервые, «R2» – если повторная доработка производится во второй раз, и т.д.

6.3 Подготовка испытательных образцов

6.3.1 Дополнительная и межопорная длины труб

Испытательные образцы подготавливают таким образом, чтобы для каждого испытательного образца длина трубы имела минимальную межопорную длину патрубка L_{pi} (см. рисунок 18), рассчитываемую по формуле


$$L_{pi} \geq D + 6 \sqrt{Dt}, \quad (5)$$

где D – номинальный наружный диаметр трубы, мм;

t – номинальная толщина стенки трубы, мм.

Должна быть предусмотрена дополнительная длина для крепления и (или) торцевых заглушек.

Испытательные образцы маркируют с учетом результатов измерения толщины стенки и наружного диаметра на соответствующих длинах L_A , L_B , L_C (см. рисунок В.2) и регистрируют их в информационном листе, см. рисунок В.5.

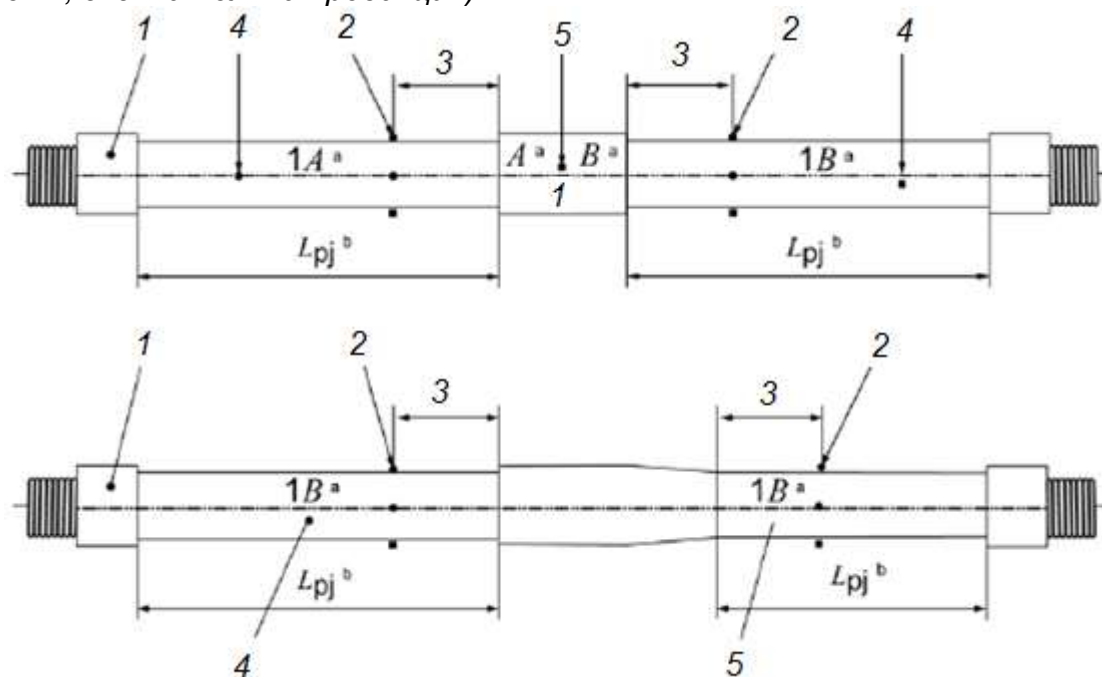

^a Номер испытательного образца для полномасштабных испытаний, состоящий из цифры 1, 2, 3 и т.п., и букв А или В, обозначающих стороны патрубка и муфты.

^b L_{pj} – минимальная межопорная длина патрубка ($D + 6\sqrt{Dt}$), см. 6.3.1.

1 – концевое крепление; 2 – тензометры для измерения изгиба; 3 – минимальное расстояние $3\sqrt{Dt}$ между тензометрами и резьбовым соединением (при минимальном расстоянии $(D+3\sqrt{Dt})$ между тензометрами и концевыми креплениями); 4 – ниппельный элемент; 5 – муфта

П р и м е ч а н и е – Патрубки необязательно должны быть одинаковой длины.

Рисунок 18 – Обозначения и межопорная длина испытательных образцов

6.3.2 Трубы и трубные заготовки для муфт

Испытательные образцы изготавливают из труб и трубных заготовок для муфт в соответствии со стандартными методами фрезерования/нарезания резьбы, в следующем порядке:

- изготавливают резьбовые соединения для трубы с высаженными концами из таких труб;
- изготавливают резьбовые соединения для штампованных труб из таких труб;
- изготавливают равнопроходные резьбовые соединения для штампованной трубы с гладкими концами из таких труб;
- снимают внутренние напряжения с ниппельного и (или) раструбного концов перед нарезанием резьбы, если это является частью процесса серийного производства, принятого изготовителем.

Допустимо, но нежелательно изготавливать испытательные образцы из исходных заготовок путем механической обработки высаженных наружу концов трубы, воспроизводя форму изделия. Если высаженные концы резьбового соединения

получают не высадкой, а механической обработкой, то форма и длина высаженного конца должны быть минимально допускаемыми изготовителем. В таких случаях в протоколах испытаний необходимо указать, когда применимо, что испытательные образцы изготовлены из толстостенных цилиндров.

6.3.3 Требования к материалам

Для каждой группы испытательных образцов предъявляют следующие требования:

- a) патрубки на концах А и В должны быть изготовлены из одной исходной заготовки;
- b) исходные трубные заготовки для муфт должны быть из одной партии;
- c) свойства материала (механические свойства и размеры) каждого испытательного образца от патрубка должны быть определены в соответствии с 5.5;
- d) весь материал должен соответствовать установленным требованиям;
- e) общий диапазон измеренных значений предела текучести при температуре окружающей среды каждой исходной заготовки должен быть меньше или равным 105 МПа;
- f) среднее значение предела текучести при температуре окружающей среды трубных заготовок для муфт не должно превышать минимального предела текучести трубной заготовки для ниппеля более чем на 70 МПа;
- g) если труба и муфта имеют разные группы прочности, то разность между фактическими значениями пределов текучести устанавливается по согласованию между изготовителем и заказчиком.

6.3.4 Регистрация данных

Все соответствующие данные необходимо указать на рисунках В.3, В.5 и В.6.

6.4 Механическая обработка испытательных образцов

Испытательные образцы изготавливают в соответствии с планом контроля процесса, разработанного изготовителем резьбовых соединений. Предельные отклонения должны соответствовать требованиям 6.5.

Профиль резьбы первого испытательного образца или эквивалентный увеличенный отпечаток профиля (например, на пресс-форме) при увеличении не менее чем в 20^{\times} должны соответствовать требованиям к размерам испытательного образца резьбового соединения, указанным на чертеже. Прежде чем приступить к изготовлению испытательного образца, необходимо проверить изделие, представляющее начало партии, на полное соответствие требованиям применяемых чертежей. Профиль резьбы или эквивалентный увеличенный отпечаток профиля должны быть приведены в

подробном протоколе испытаний, составляемом изготовителем резьбового соединения.

В зоне уплотнения необходимо измерить шероховатость поверхности в соответствии с требованиями к шероховатости поверхности, указанными на чертеже изделия, и вносят результат в протокол испытаний. Измерение проводят после изготовления и перед обработкой поверхности, и должно соответствовать техническим требованиям к шероховатости поверхности, указанным на чертеже изделия.

Выбранное качество обработки поверхности каждого ниппельного и раструбного элементов должно соответствовать качеству производственной обработки поверхности изделия. Изготовитель должен установить, особенно для материалов, чувствительных к заеданию, какое качество обработки поверхности ниппельного и раструбного элементов должно быть минимальным (или максимальным) в диапазоне допустимых отклонений, в зависимости от того, что является более существенным для резьбового соединения. В протоколе испытаний необходимо зафиксировать фактические параметры полученного резьбового соединения.

Если испытательный образец до окончания испытаний получил повреждение, то изготавливают заменяющий образец. Изготовление и свинчивание этого заменяющего образца производится с теми же предельными отклонениями, что и поврежденного образца, после чего необходимо повторить весь объем испытаний, необходимый для исходного образца. Заменяющие и (или) повторно обработанные резьбовые соединения маркируют кодом «R1» после «А» или «В», если повторная обработка производится впервые, кодом «R2» – если повторная обработка производится во второй раз, и т.д.

Все данные, которые следует документально зафиксировать на рисунке В.6, могут быть указаны в процентах от поля предельных отклонений измеряемого размера, (т.е. 0 % является минимальным значением поля предельных отклонений измеренного размера, а 100 % – максимальным значением поля предельных отклонений). В случае использования процентного выражения, измеренные значения должны быть зарегистрированы в документах изготовителя резьбы. Необходимо учитывать, что 50 % является серединой поля предельных отклонений. Овальность основного уплотнения резьбового соединения указывается в процентном выражении.

6.5 Предельные отклонения при механической обработке

6.5.1 Эксплуатационные характеристики в наихудшем случае

Фактические размеры при механической обработке зависят от типа резьбового соединения. Для резьбовых соединений с характеристиками, не указанными в таблице

3, или другими рекомендуемыми предельными отклонениями, изготовитель должен представить объективные свидетельства того, что испытанию подвергается резьбовое соединение с сочетанием предельных значений размеров, при котором имеют место наихудшие эксплуатационные характеристики, что может быть определено аналитическим, расчетным [например методом конечных элементов (FEA)] и (или) экспериментальным методом, например при помощи тензометров. При выборе наихудшего сочетания эксплуатационных характеристик изготовитель должен учитывать минимальные и максимальные значения контактного давления в локальном уплотнении, общую контактную нагрузку на уплотнение и общую рабочую длину контакта в уплотнении, на которые влияют параметры механической обработки. Для соединений T&C стороны А и В должны быть обработаны с одинаковыми размерными допусками.

В таблице 2 приведены цели испытаний испытательного образца CAL. В таблице 3 приведены рекомендации по выбору испытательных образцов для испытания резьбовых соединений с уплотнением металл-металл и конической резьбой. В таблице 4 приведены предельные отклонения натягов уплотнения металл-металл и резьбы, а в таблице 5 приведены предельные отклонения конусности резьбы. На рисунке 19 представлено схематическое описание диапазонов натягов испытательных образцов.

Предельные отклонения при механической обработке, которые могут иметь значение для наихудшего сочетания эксплуатационных характеристик, включают помимо прочего, следующее:

- a) диаметры уплотнения;
- b) конусность резьбы;
- c) ширина торца ниппельного элемента;
- d) диаметры резьбы;
- e) шероховатость поверхности.

Предельные отклонения параметров резьбовых соединений, применяемые к испытательному образцу, создают определенную устойчивость характеристик в программе испытаний и могут оцениваться вместе с вероятностью возникновения этих событий. Для оценки вероятности возникновения событий, связанных с условиями испытаний, могут применяться методы количественной оценки рисков.

6.5.2 Пример выбора предельных отклонений при механической обработке

В качестве примера выбрано резьбовое соединение с конической резьбой, уплотнением металл-металл и заплечиками для передачи крутящего момента на торце ниппельного элемента. В таблице 3 приведены комбинации диаметров уплотнения и

резьбы, конусности резьбы и моментов FMU, при которых имеет место наихудшее сочетание эксплуатационных характеристик, соответствующее целям испытаний по таблице 2. Для этого типа резьбового соединения изготовитель должен выполнить механическую обработку испытательных образцов, предназначенных для полномасштабных испытаний, до крайних значений, указанных в таблице 3, если только анализ по 6.5.1 не покажет, что необходимо испытывать резьбовое соединение с другими предельными отклонениями. Для каждой сборки ниппеля/муфты и каждого натяга (резьбы или уплотнения), как минимум один из диаметров элементов отдельных элементов соединения (ниппеля или муфты) должен находиться в пределах его проектных предельных отклонений. Дополнительно данный элемент должен находиться в пределах 25 % диапазона проектных предельных отклонений при установленной предельной величине. При необходимости другой диаметр может быть за пределами проектных предельных отклонений, пока натяг сборки соответствует установленному натягу комбинации ниппеля и муфты (см. таблицу 4).

Т а б л и ц а 4 – Предельные отклонения натяга

Натяга ^a	Предельные отклонения натяга	
	минимальное	максимальное
Максимальный натяг образца (H)	$I_{\max} - \max \left[\begin{array}{l} 0,0508 \text{ мм} \\ 25 \% \times I_{\text{range}} \end{array} \right]$	Без ограничений
Предельный максимальный натяг образца (XH)	$I_{\max} - \max \left[\begin{array}{l} 0,0254 \text{ мм} \\ 5 \% \times I_{\text{range}} \end{array} \right]$	Без ограничений
Минимальный натяг образца (L)	Без ограничений	$I_{\min} + \max \left[\begin{array}{l} 0,0508 \text{ мм} \\ 25 \% \times I_{\text{range}} \end{array} \right]$
Предельный минимальный натяг образца (XL)	Без ограничений	$I_{\min} + \max \left[\begin{array}{l} 0,0254 \text{ мм} \\ 5 \% \times I_{\text{range}} \end{array} \right]$

^a В отношении натяга уплотнения и резьбы применяется один и тот же принцип.

Т а б л и ц а 5 – Предельные отклонения конусности резьбы^a

Конусность резьбы	Плюсовое (+) предельное отклонение	Минусовое (-) предельное отклонение
Максимальная (большая)	Без ограничений	0,025 мм на 25,4 мм
Минимальная (малая)	0,025 мм/25,4 мм	Без ограничений

^a Предельные отклонения конусности относятся к каждому указанному интервалу на всей длине резьбы.

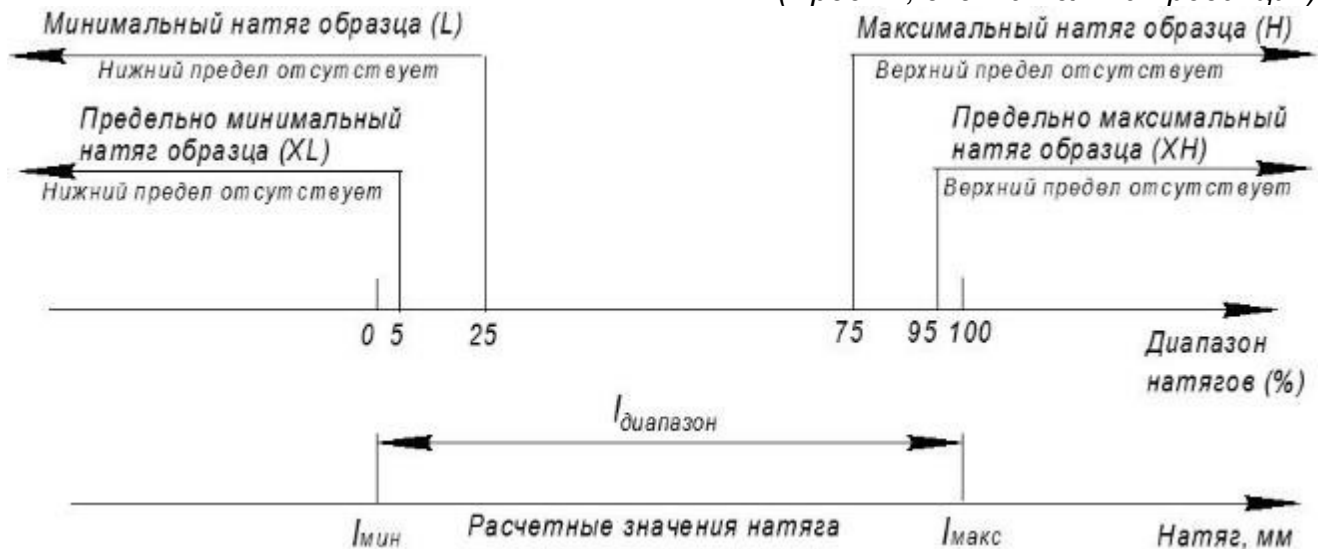



Рисунок 19 – Схематическое изображение диапазона натягов испытательных образцов

6.6 Запечик с канавками

Для типов резьбовых соединений с запечиком на упорном торце ниппельного элемента А (торце В для интегрального соединения) испытательных образцов выполняются канавки в соответствии с рисунком 20, которые имитируют возможные повреждения при погрузочно-разгрузочных операциях, при эксплуатации резьбовых соединений в полевых условиях. Канавки наносят в любой момент до FMU. Другие концы образца также могут иметь запечики с канавками.

При испытаниях с уплотнениями другого типа наличие канавок на запечиках подлежит согласованию между заказчиком и изготовителем. Обоснование отсутствия канавки должно быть включено в полный протокол испытаний, указанный в приложении С. Однако в том случае, когда допускается обработка запечика в полевых условиях, канавку следует включить в схему испытаний резьбового соединения.

На рисунке 20 углы канавок 1 и 2 должны быть скруглены во избежание возможного заедания. Канавки не должны выходить на поверхность уплотнения металл-металл торца ниппеля.

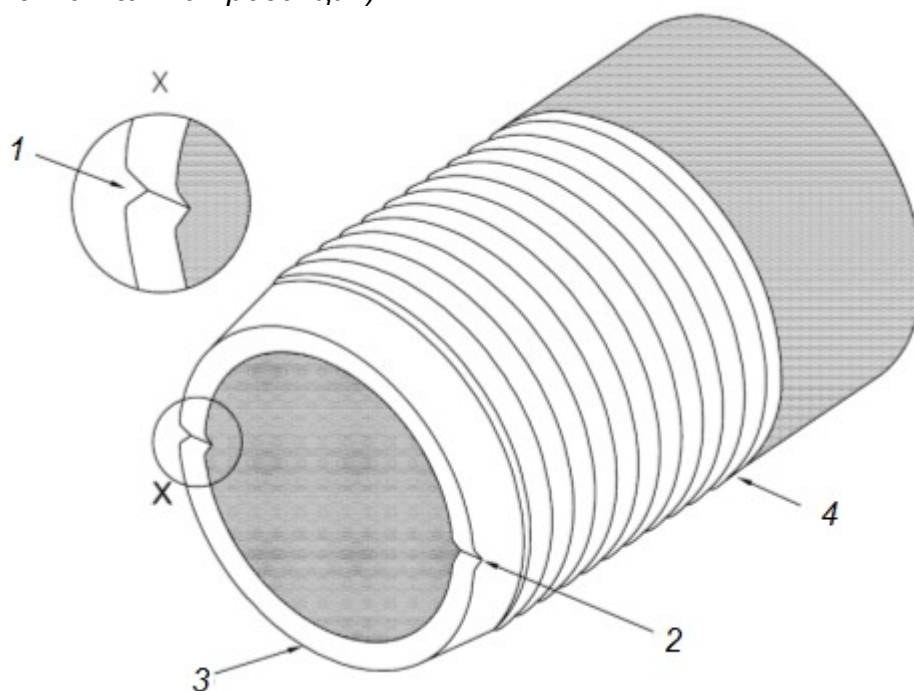

- 1 – канавка глубиной не менее 0,2 мм; 2 – канавка глубиной не менее 0,2 мм, расположенная максимально близко к 180° от позиции 1; 3 – заплечик для передачи крутящего момента;
4 – витки резьбы

Рисунок 20 – Канавки в заплечиках для передачи крутящего момента

7 Процедуры испытаний

7.1 Основные положения

Процедуры предусматривают испытания резьбовых соединений с наихудшей конструкцией под воздействием области испытательных нагрузок и предельных нагрузок на тело трубы или резьбовое соединение (в зависимости от того, что меньше).

В таблице 6 приведен перечень процедур испытаний для каждого испытательного образца резьбового соединения в соответствии с целями испытания (см. таблицу 2) в зависимости от натяга уплотнения, состояния свинчивания-развинчивания, и испытаниями серий А, В или С и LL (предельные нагрузки до разрушения). В таблице 3 приведена дополнительная информация по отбору испытательных образцов резьбовых соединений с уплотнением металл-металл.

7.2 Испытания на свинчивание-развинчивание

7.2.1 Принципы испытаний

Целью программы испытаний является оценка чувствительности конструкции резьбового соединения к заеданию. Другой целью программы является проведение испытаний на герметичность на концах испытательных образцов, которые были собраны однократно, и выполнения циклов свинчивания и развинчивания на других

концах испытательного образца. Таким образом, одни концы испытательного образца проходят испытания на свинчивание и развинчивание согласно 7.2.2 (MBG), после чего выполняется FMU согласно 7.2.3. Другие концы испытательного образца свинчивают только один раз (FMU) согласно 7.2.3.

Все первоначальные и промежуточные операции свинчивания при испытаниях MBG должны выполняться до максимального момента свинчивания при минимальном количестве резьбовой смазки. При FMU, выполняемом перед испытаниями TLE, необходимо нанести на каждое резьбовое соединение максимальное количество смазки, а крутящий момент при этом должен соответствовать требованиям таблицы 6. Для резьбовых соединений с уплотнением по резьбе FMU перед испытаниями TLE должно выполняться с минимальным количеством резьбовой смазки и с приложением минимального или максимального крутящего момента в соответствии с рисунками 4 – 7 и таблицей 6.

В окончательный протокол необходимо включить оценку заедания с приложением фотографий поверхностей заедания до и после ремонта, начиная с первого случая заедания, отремонтированных поверхностей после следующего развинчивания и после окончательного развинчивания.

Для типов резьбовых соединений, не включенных в таблицу 6, изготовитель должен предоставить данные о количестве резьбовой смазки и величине крутящего момента необходимых для достижения целей, указанных на рисунках 4 – 7. Резьбовые соединения с уплотнением по резьбе и резьбовые соединения большого диаметра могут испытываться с использованием соответствующих данных таблицы 6.

7.2.2 Испытания на стойкость к заеданию при свинчивании-развинчивании (MBG) (концы А и В)

Перед началом испытаний на свинчивание-развинчивание проводят пробные испытания свинчиванием для калибровки настроек разгрузочного клапана на оборудовании для свинчивания. Это увеличивает вероятность достижения требуемого окончательного крутящего момента во время испытаний на свинчивание-развинчивание. Повышение количества оборотов в минуту при свинчивании резьбового соединения может увеличить диапазон предельных отклонений в отношении расчетного крутящего момента.

Свинчивание и развинчивание концов испытательного образца резьбового соединения выполняется в следующем порядке:

- a) общие указания по свинчиванию-развинчиванию приведены в 5.6;
- b) указывают геометрические параметры резьбового соединения на рисунке

с) резьбовые соединения должны быть чистыми и сухими, необходимо зарегистрировать массу нанесенной на них резьбовой смазки;

d) свинчивают резьбовые соединения в соответствии с таблицей 6, с нанесением указанного количества резьбовой смазки и приложением указанного момента свинчивания;

е) после каждого развинчивания необходимо очистить, осмотреть и сфотографировать ниппельный и раструбный концы в соответствии с 5.6;

f) выполняют FMU в соответствии с 7.2.3.

П р и м е ч а н и е – Все интегральные соединения являются сборками «В» и не имеют концов «А».

7.2.3 Окончательное свинчивание (концы А и В)

FMU испытательных образцов должно выполняться в следующем порядке:

a) общие указания по свинчиванию-развинчиванию приведены в 5.6;

b) указывают геометрические параметры резьбового соединения на рисунке В.6;

с) резьбовые соединения должны быть чистыми и сухими, необходимо зарегистрировать массу нанесенной на них резьбовой смазки;

d) свинчивают резьбовые соединения в соответствии с таблицей 6, с нанесением указанного количества резьбовой смазки и приложением указанного момента свинчивания;

е) результаты испытаний записывают в соответствии с рисунками В.4 и В.6.

Т а б л и ц а 6 – Описание испытательного образца и перечень испытаний соединений с конической резьбой и уплотнением металл-металл

Описание испытательного образца ^с			Резьбовая смазка		Крутящий момент		Свинчивание-развинчивание	CAL IV				CAL III				CAL II			CAL I					
Номер образца	Натяг		Концы А или В	Концы А или В	Концы А или В	Концы А или В	Концы А и В	Серия испытаний				Серия испытаний				Серия испытаний			Серия испытаний					
	Резьба	Уплотнение ^d						MBG	FMU	MBG Элемент А/В	А	В	С	LL	А ^a	В	С	LL	А	В	LL	А	В	LL
								Концы А или В	Концы А или В															
1	ХН	XL	L	H	H	L	N / Y	A	B	C	LL5	A	B	C	LL5	A	B	LL5	A	B	LL5			
2	ХН	XL	-	H	-	L	N / N	A	B	C	LL4	-	B	-	LL4	-	-	-	-	-	-			
3	L	H	L	H	H	H	Y / N	A	B	C	LL1	-	B	-	LL1	-	-	-	-	-	-			
4	L	L	L	H	H	H	N / Y	A	B	C	LL2	A	B	C	LL2	-	B	LL4	-	-	-			
5	H	H	L	H	H	H	Y / Y	-	-	-	LL3	-	-	-	LL3	-	-	LL3	-	-	LL3			
Циклы МУ и ВО для каждого испытательного образца при полномасштабных испытаниях			Концы А и В образца при каждом свинчивании-развинчивании		Заедание при свинчивании-развинчивании – концы А		MBG	T&C – 2 Интегральное – не применяются				T&C – 2 Интегральное – не применяются				T&C – 1 Интегральное – не применяются			T&C – 1 Интегральное – не применяются					
Номер образца	Обсадные трубы							Насосно-компрессорные трубы		MBG	T&C – 3 Интегральное – 3				T&C – 3 Интегральное – 3				T&C – 3 Интегральное – 3			T&C – 2 Интегральное – 2		
	Концы А	Концы В						Концы А	Концы В		MBG	T&C – 10 Интегральное – 5				T&C – 10 Интегральное – 5				T&C – 6 Интегральное – 3			T&C – 4 Интегральное – 2	
1	-	2						-	9	MBG	T&C – 3 Интегральное – 3				T&C – 3 Интегральное – 3				T&C – 3 Интегральное – 3			T&C – 2 Интегральное – 2		
2	-	-						-	-	FMU	T&C – 10 Интегральное – 5				T&C – 10 Интегральное – 5				T&C – 6 Интегральное – 3			T&C – 4 Интегральное – 2		
3	2	-						9	-	FMU	T&C – 10 Интегральное – 5				T&C – 10 Интегральное – 5				T&C – 6 Интегральное – 3			T&C – 4 Интегральное – 2		
4	-	2	-	9	FMU	T&C – 10 Интегральное – 5				T&C – 10 Интегральное – 5				T&C – 6 Интегральное – 3			T&C – 4 Интегральное – 2							
5	2	2	9	9	FMU	T&C – 10 Интегральное – 5				T&C – 10 Интегральное – 5				T&C – 6 Интегральное – 3			T&C – 4 Интегральное – 2							
Общее количество испытательных образцов для каждого класса испытаний								5				5				3			2					
<p>Y – да; N – нет; MBG – испытание образца на заедание при свинчивании-развинчивании (см. 7.2.2); FMU – образец резьбового соединения в состоянии после окончательного свинчивания (см. 7.2.3); H – максимальное значение, рекомендуемое изготовителем^b; ХН – предельное максимальное значение, рекомендуемое изготовителем^b; L – минимальное значение, рекомендуемое изготовителем^b; XL – предельное минимальное значение, рекомендуемое изготовителем^b; LL – испытание при предельной нагрузке (до разрушения) (см. 7.4 и таблицу 2).</p> <p>^a Для CAL III испытания серии А проводятся при температуре окружающей среды и при повышенной температуре без циклов QI – QIII.</p> <p>^b Предельные отклонения по натягу образца указаны в 6.5.2 и таблицах 4 и 5; предельные отклонения по резьбовой смазке указаны в 5.6.2; предельные отклонения по моменту свинчивания указаны в 5.6.3.</p> <p>^c Для соединений T&C концы А должны иметь ту же конфигурацию, что и концы В, описанные выше.</p> <p>^d Состояние натяга уплотнения, определяемое локальным контактным давлением в уплотнении или общим контактным давлением в уплотнении, т.е. общим контактным давлением.</p> <p>Примечание – Резьба интегрального соединения обозначена как резьба конца В.</p>																								

7.3 Испытания области испытательных нагрузок

7.3.1 Расчет области испытательных нагрузок

7.3.1.1 Общие положения

При расчете СЕЕ целью настоящего стандарта является испытание образцов при столь высоких нагрузках или комбинациях нагрузок, насколько это практически безопасно. Поэтому для каждого испытательного образца следует применять следующие определения переменных нагрузок.

Если СЕЕ муфтовых соединений меньше эталонных характеристик тела трубы и это не обусловлено фактическим пределом текучести материала (см. 7.3.1.3), то TLE должна составлять 100 % от СЕЕ. Для интегральных соединений максимальные осевые нагрузки ограничены критическими сечениями (а не телом трубы), тогда если СЕЕ определяется как 100 % критического сечения, умноженного на фактический предел текучести, применяется 90 % ограничение осевых нагрузок; если СЕЕ ограничена осевыми нагрузками и это не обусловлено фактическим пределом текучести материала и критическим сечением (см. 7.3.1.3), то TLE должна составлять 100 % от СЕЕ.

7.3.1.2 Эталонные характеристики тела трубы испытательного образца (при температуре окружающей среды и при повышенной температуре)

7.3.1.2.1 Общие положения

Расчет эталонных характеристик тела трубы при температуре окружающей среды требуется для каждого испытательного образца в соответствии с 4.2, и используется на рисунках с 21 по 32. Для определения эталонных характеристик тела трубы при температуре окружающей среды необходимо рассчитать ряд эталонных кривых зависимости осевых нагрузок от давления. Эталонные характеристики тела трубы при температуре окружающей среды для каждого испытательного образца получают из кривой фактического VME, по API, и комбинации эталонных кривых для наружного давления. Для упрощения процесса эталонные кривые для наружного давления целиком накладывают на эталонные характеристики тела трубы.

В рамках настоящего стандарта см. D.3.1 – D.3.5 (кривые 1^a – 5^a) для методики применения формул ISO/TR 10400:2018.

7.3.1.2.2 Эталонные кривые тела трубы на основании установленных исходных параметров API

Первые три эталонные кривые не меняются для испытательных образцов, так как являются функцией от исходных параметров API, или номинальных исходных данных. Эти эталонные кривые рассчитываются следующим способом:

- а) кривая номинального VME при температуре окружающей среды (кривая 1^a) – эту

кривую рассчитывают согласно ISO/TR 10400:2018. Исходными параметрами являются SMYS, номинальный наружный диаметр, номинальная толщина стенки, и 87,5 % номинальной толщины стенки (для минимальной толщины стенки). Кривая номинального VME при температуре окружающей среды должна быть показана в виде непрерывной области VME.

Примечание – В ISO/TR 10400:2018 см. раздел, который относится к трехосному пределу текучести тела трубы;

b) кривая номинального давления смятия по API при температуре окружающей среды (кривая 2^a) – эту кривую рассчитывают согласно ISO/TR 10400:2018 с применением в качестве исходных параметров SMYS, номинального наружного диаметра и номинальной толщины стенки.

Примечание – В ISO/TR 10400:2018 см. раздел, который относится к сопротивлению наружному давлению;

c) кривая наружного давления для труб, стойких к смятию при температуре окружающей среды (кривая 3^a) – эту кривую (при применении) получают одноосным масштабированием кривой номинального давления смятия по API при температуре окружающей среды (кривая 2^a) с использованием в качестве коэффициента масштабирования отношения между одноосным высоким давлением смятия при температуре окружающей среды, указанным изготовителем, и одноосным номинальным давлением смятия по API при температуре окружающей среды.

7.3.1.2.3 Эталонные кривые тела трубы на основании измеренных исходных параметров

Две оставшиеся эталонные кривые различны для разных испытательных образцов, поскольку они являются функцией измеренных исходных параметров. Эти эталонные кривые рассчитываются следующим способом:

a) кривая фактического VME при температуре окружающей среды (кривая 4^a) – эту кривую рассчитывают согласно ISO/TR 10400:2018, с применением минимального значения характеристик для двух патрубков при температуре окружающей среды: AMYS согласно 5.5.2.5, минимальной толщины стенки (для окружного напряжения) согласно 5.5.3.2 и минимальной средней толщины стенки (для осевых нагрузок) согласно 5.5.3.3; а также максимального значения характеристик для двух патрубков для максимального среднего наружного диаметра согласно 5.5.3.4. Кривая фактического VME при температуре окружающей среды для каждого испытательного образца должна быть показана в виде непрерывной области VME.

Примечание – В ISO/TR 10400:2018 см. раздел, который относится к трехосному пределу текучести тела трубы;

b) кривая фактического давления смятия по API при температуре окружающей среды (кривая 5^a) – эту кривую рассчитывают согласно ISO/TR 10400:2018 для каждого испытательного образца с применением минимального значения характеристик для двух патрубков: AMYS при температуре окружающей среды согласно 5.5.2.5, минимального значения из полученных для двух патрубков минимальной средней толщины стенки согласно 5.5.3.3, и максимального значения из полученных для двух патрубков максимального среднего наружного диаметра, установленного по 5.5.3.4.

Примечание – В ISO/TR 10400:2018 см. раздел, который относится к сопротивлению наружному давлению.

7.3.1.2.4 Эталонные характеристики тела трубы при повышенной температуре

Расчет эталонных характеристик тела трубы при повышенной температуре выполняется для каждого испытательного образца согласно 4.2 и используется на рисунках 28 и 32. Для определения эталонных характеристик тела трубы при повышенной температуре необходимо рассчитать серию эталонных кривых зависимости осевой нагрузки от давления. Эталонные кривые при повышенной температуре окончательно не изучены и находятся в стадии изучения промышленностью. В соответствии с настоящим стандартом эти кривые должны быть получены масштабированием соответствующей эталонной кривой при температуре окружающей среды. Допускается применять альтернативные методы масштабирования при расчете эталонных характеристик тела трубы при повышенной температуре, если они документированы в ISO/TR 10400:2018, или если есть возможность продемонстрировать их экспериментальное подтверждение, и они подробно описаны в плане испытаний.

Поскольку коэффициент масштабирования для каждой из эталонных кривых при повышенной температуре является функцией AMYS, эти кривые необходимо рассчитывать отдельно для каждого испытательного образца. Эталонные характеристики тела трубы при повышенной температуре для каждого испытательного образца получают из комбинации этих эталонных кривых. Для упрощения процесса, эталонные кривые для наружного давления необходимо целиком наложить на эталонные характеристики тела трубы:

a) кривая номинального VME при повышенной температуре (кривая 1^e) – кривая должна быть получена двухосным масштабированием кривой номинального VME при температуре окружающей среды (кривая 1^a) с применением коэффициента масштабирования при повышенной температуре (K_{temp}), см. 5.5.2.6. Кривую номинального

VME при повышенной температуре необходимо отображать в виде непрерывной области VME;

b) кривая номинального давления смятия по API при повышенной температуре (кривая 2^e) – кривая должна быть получена двухосным масштабированием кривой номинального давления смятия по API при температуре окружающей среды (кривая 2^e) с применением коэффициента масштабирования при повышенной температуре (K_{temp}), см. 5.5.2.6;

c) кривая наружного давления для труб, стойких к смятию при повышенной температуре (кривая 3^e) – кривую должен определить изготовитель трубы, подвергаемой наружному давлению смятия. Коэффициент окончательного масштабирования от кривой 3^a должен быть записан в протоколе;

d) кривая фактического VME при повышенной температуре (кривая 4^e) – кривая должна быть получена двухосным масштабированием кривой фактического VME при температуре окружающей среды (кривая 4^a) с применением коэффициента масштабирования при повышенной температуре (K_{temp}), см. 5.5.2.6. Кривую фактического VME при повышенной температуре необходимо отображать в виде непрерывной области VME;

e) кривая фактического давления смятия API при повышенной температуре (кривая 5^e) – кривая должна быть получена двухосным масштабированием от кривой фактического давления смятия по API при температуре окружающей среды (кривая 5^a) с применением коэффициента масштабирования при повышенной температуре (K_{temp}) см. 5.5.2.6.

7.3.1.3 СЕЕ испытательных образцов (при температуре окружающей среды и при повышенной температуре)

Расчет СЕЕ при температуре окружающей среды и при повышенной температуре выполняется для каждого испытательного образца согласно 4.2.

Изготовитель несет ответственность за определение СЕЕ при температуре окружающей среды и при повышенной температуре для каждого испытательного образца с учетом конструкции резьбового соединения, измеренных размеров и предела текучести материала. СЕЕ может быть ограничена эксплуатационными характеристиками тела трубы или резьбового соединения. Если СЕЕ ограничивается эксплуатационными характеристиками тела трубы, то СЕЕ основывается на пределе текучести материала. Если СЕЕ меньше эталонных характеристик тела трубы, изготовитель должен указать (для каждой точки СЕЕ, определенной в таблице 7), обусловлено ли ограничение СЕЕ пределом текучести материала или каким-то другим фактором. Учитывая данную информацию о СЕЕ, можно определить коэффициенты масштабирования для TLE.

CEE при температуре окружающей среды и при повышенной температуре не должны превышать кривые фактического VME тела трубы при температуре окружающей среды и при повышенной температуре (кривые 4^a и 4^e) соответственно для каждого испытательного образца согласно 7.3.1.3. Изготовитель может ограничить CEE с учетом эталонных кривых давления смятия тела трубы для каждого испытательного образца в соответствии с 7.3.1.3. Если CEE^a при температуре окружающей среды определяется кривой номинального давления смятия по API при температуре окружающей среды (кривая 2^a) или кривой наружного давления для труб, стойких к смятию при температуре окружающей среды (кривая 3^a), то изготовитель может ограничить сжимающую нагрузку CEE^a при температуре окружающей среды в QIII до номинальной сжимающей нагрузки тела трубы с учетом установленного минимального предела текучести материала, номинальной толщины стенки и номинального наружного диаметра.

7.3.1.4 Область испытательных нагрузок испытательного образца (при температуре окружающей среды и при повышенной температуре)

Расчет TLE при температуре окружающей среды и при повышенной температуре выполняется для каждого испытательного образца в соответствии с 4.2.

Необходимо учитывать, что допущения о давлении смятия при повышенной температуре и фактическом давлении смятия по API находятся за пределами области применения ISO/TR 10400:2018.

Для точек нагрузки при температуре окружающей среды, указанных в таблице 7, и требующих двухосного масштабирования при 80 %, коэффициент масштабирования CEE остается равным 80 %, независимо от того, ограничена ли CEE пределом текучести материала или другим фактором. Для каждой из точек нагрузки под внутренним давлением, указанных в таблице 7, TLE при температуре окружающей среды и при повышенной температуре необходимо получать двухосным масштабированием в процентах (90 % или 95 %, в зависимости от того, что применимо) от CEE при температуре окружающей среды и при повышенной температуре, если CEE является функцией предела текучести материала. При этом, осевые нагрузки (растяжение и сжатие) необходимо ограничить 90 % от CEE.

Для каждой из точек нагрузки, указанных в таблице 7, TLE при температуре окружающей среды и при повышенной температуре должен быть 100 % от CEE при температуре окружающей среды и при повышенной температуре, если CEE не является функцией предела текучести материала, за исключением точек нагрузки, масштабируемых до 80 % от CEE, которые должны оставаться на уровне 80 %.

Для каждой из точек нагрузки под наружным давлением, указанных в таблице 7, TLE

при температуре окружающей среды и при повышенной температуре необходимо получать двухосным масштабированием в процентах (90 %, 95 % или 100 %, в зависимости от того, что применимо) от СЕЕ при температуре окружающей среды и при повышенной температуре, если СЕЕ является функцией предела текучести материала. При этом, осевые нагрузки (растяжение и сжатие) необходимо ограничить 90 % от СЕЕ. Для каждой точки СЕЕ, указанной в таблице 7, двухосный коэффициент масштабирования должен составлять 90 % или 95 % (в зависимости от того, что применимо), если наружное давление определяется кривой фактического давления смятия по API или кривой фактического VME. Для каждой точки СЕЕ, указанной в таблице 7, двухосный коэффициент масштабирования должен составлять 100 % (без масштабирования), если наружное давление определяется кривой номинального давления смятия по API или кривой наружного давления для труб, стойких к смятию. Если эталонных кривых несколько, может потребоваться их оценка для каждой точки СЕЕ, указанной в таблице 7, чтобы определить, какая эталонная кривая имеет точку самой высокой нагрузки TLE.

Если СЕЕ^а при температуре окружающей среды определяется по кривой номинального давления смятия по API (кривая 2^а) или по кривой наружного давления для труб, стойких к смятию при температуре окружающей среды (кривая 3^а), и изготовитель выбирает ограничение сжимающей нагрузки СЕЕ^а в QIII до номинальной сжимающей нагрузки тела трубы с учетом, на основании установленного минимального предела текучести материала, номинальной толщины стенки и номинального наружного диаметра, то сжимающая нагрузка TLE должна быть 100 % от сжимающей нагрузки СЕЕ^а.

Последовательность испытаний приведена на рисунках с 4 по 7.

Каждая TLE включает, как минимум, соответствующие точки нагрузки при температуре окружающей среды и при повышенной температуре для каждой серии испытаний, как указано в таблице 7. Для каждого испытательного образца как при температуре окружающей среды, так и при повышенной температуре для каждой серии испытаний должны быть представлены отдельные схемы TLE.

Каждый испытательный образец должен пройти испытания при уровне 100 % от нагрузок, указанных для TLE. Оценку результатов испытаний выполняют в соответствии с 5.3.2.

На рисунках 21 – 24 приведены примеры двух различных типов стандартных TLE. На рисунках 25 – 32 приведены примеры TLE для TS-A и TS-B при температуре окружающей среды и при повышенной температуре. Эти примеры не являются исчерпывающими, и другие типы TLE возможны и допустимы. Схемы TLE должны быть отображены на графике

трехмерной текучести тела трубы испытательных образцов, рассчитанном в соответствии с ISO/TR 10400:2018, а не в процентах от минимальных заданных одноосных параметров. Изготовитель несет ответственность за достоверность результатов испытаний и определение минимального диапазона эксплуатационных характеристик резьбового соединения.

Примечание – В ISO/TR 10400:2018 см. раздел, который относится к трехосному пределу текучести тела трубы.

7.3.2 Принципы и руководящие указания

7.3.2.1 Принципы испытаний

Конструкция резьбового соединения считается соответствующей требованиям настоящего стандарта для TLE при заданном CAL, если все испытательные образцы прошли этапы нагрузки в TS-A, TS-B, TS-C без утечек в резьбовом соединении и испытания при предельных нагрузках, предусмотренные при заданном CAL.

Если каждое из проведенных испытаний пройдено при уровне 90 %, а последующие испытания при уровне 95 % не пройдены, то резьбовое соединение соответствует установленному уровню оценки при уровне 90 %. Если каждое из проведенных испытаний пройдено при уровнях 90 % и 95 %, то резьбовое соединение соответствует установленному уровню оценки при уровне 95 %. Требования к испытаниям и последовательность испытаний приведены на рисунках 4 – 7. Если испытательный образец разрушился при уровне 95 % и не позволяет продолжать испытания при предельных нагрузках, следует изготовить ему на замену новый испытательный образец для завершения испытаний. Для замещающего испытательного образца необходимо использовать указанное FMU и нагрев, однако, не требуется проводить испытание на герметичность перед испытаниями на предельные нагрузки.

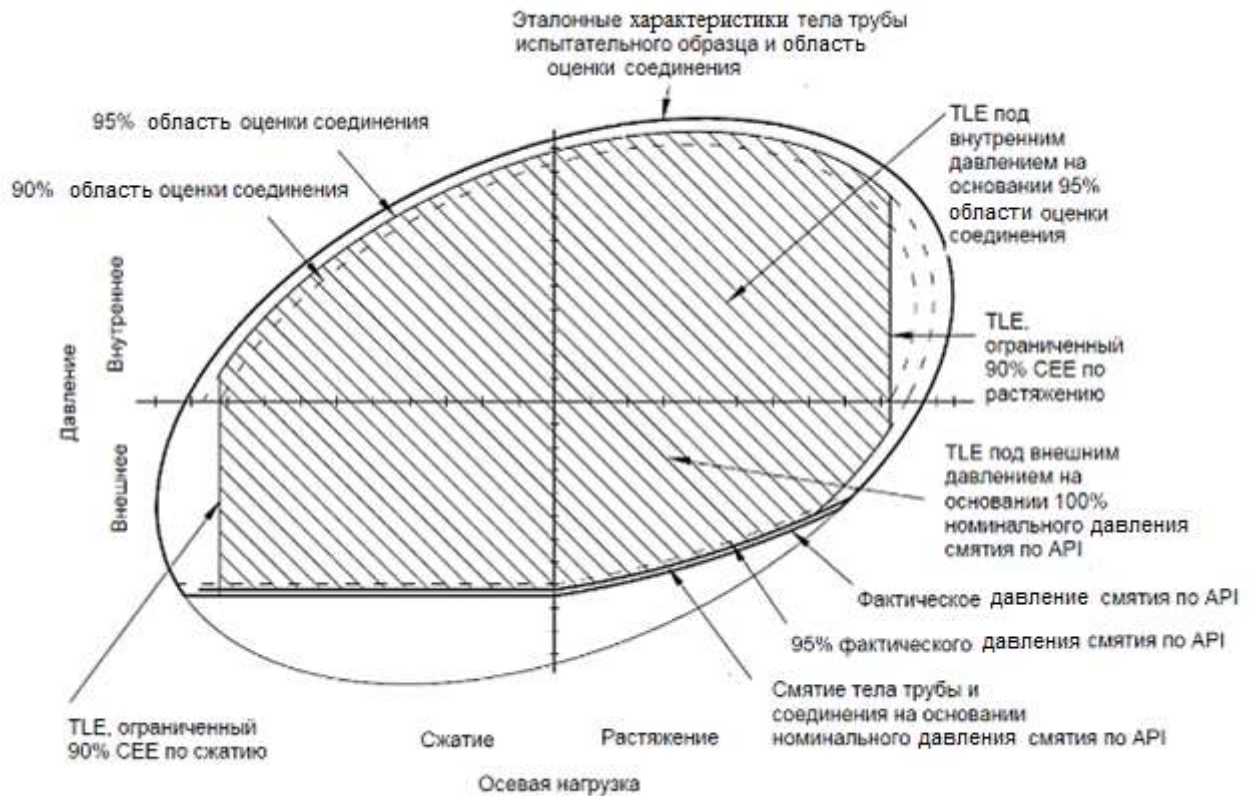


Рисунок 21 – Пример области испытательных нагрузок при совпадении эталонных характеристик тела трубы и области оценки резьбового соединения, и при TLE, составляющей 95 % от CEE для внутреннего давления и 100 % от номинального давления смятия по API для наружного давления



Рисунок 22 – Пример области испытательных нагрузок при совпадении эталонных характеристик тела трубы и области оценки резьбового соединения, и при TLE, составляющей 95 % от CEE для внутреннего давления и 95 % от фактического давления смятия по API для наружного давления



Рисунок 23 – Пример области испытательных нагрузок при несовпадении эталонных характеристик тела трубы и области оценки резьбового соединения, и при TLE, составляющей 95 % от CEE для внутреннего давления и комбинации 100 % от номинального давления смятия по API и 95 % от фактического VME для наружного давления



Рисунок 24 – Пример области испытательных нагрузок при несовпадении эталонных характеристик тела трубы и области оценки резьбового соединения, и при TLE, составляющей 95 % от CEE для внутреннего давления и комбинации 95 % от фактического давления смятия по API и 95 % от фактического VME для наружного давления

7.3.2.2 Указания по проведению испытаний

Испытательные нагрузки должны составлять 100 % от TLE. Изготовитель несет ответственность за полное определение CEE для своего изделия. В таблице 7 приведены характеристики точек нагрузки, которые следует использовать для создания таблицы испытательных нагрузок для каждой серии испытаний. При расчете эталонных характеристик тела трубы также можно использовать приложение D.

При испытаниях комбинированной нагрузкой, общая осевая нагрузка F_a является суммой осевой нагрузки, создаваемой нагрузочным устройством F_f , эквивалентной осевой изгибающей нагрузки F_b и осевой нагрузки от давления (при наличии). Кроме данных, требуемых настоящим стандартом, изготовитель должен зарегистрировать и указать в протоколе другие данные, которые он сочтет существенными для этого испытания. Для регистрации утечек, возникших в ходе испытания, используют рисунки В.8 и В.9.

Серию испытаний следует проводить последовательно через этапы нагрузки, заданные для серии испытаний на основании применяемого CAL, и с поддержанием нагрузки в каждой точке в течение заданного времени выдержки. Точки нагрузки давлением предназначены для оценки герметичности, поэтому время выдержки испытания начинается с момента достижения заданных нагрузки, давления и температуры, при этом вытеснение должно оставаться стабильным во время всего периода выдержки. Точки нагрузки без давления и точки нагрузки с двухминутной выдержкой являются точками нагрузки на конструкцию, поэтому стабилизация вытеснения не требуется. В приложении D приведены примеры различных графиков нагрузок для каждой серии испытаний. Критерии приемки герметичности под давлением приведены в 8.3

Испытания могут периодически прерываться в любой момент времени путем снятия всех нагрузок и снижения температуры, например, на ночь или для ремонта оборудования. После этого испытания должны возобновляться на этапе нагрузок, следующим за предыдущим успешно завершенным этапом.

Допускается одновременно испытывать несколько образцов в серии испытаний только при испытаниях серии С. Если испытания проводятся сериями, прикладываемые осевые нагрузки должны быть наибольшими требуемыми для каждого образца в серии. Расчетные давления должны применяться независимо к каждому образцу на основании приложенной осевой нагрузки, требуемой для достижения соответствующего уровня напряжения на каждом образце.

Испытания в серии TS-A и В не следует проводить на нескольких образцах, так как обе серии испытаний предполагают приложение сжимающих нагрузок, при которых

демонстрируется, что резьбовые соединения могут быть легко перегружены или даже разрушены.

Испытания в квадрантах II и III могут потребовать специального крепления для предотвращения прогиба из-за потенциально высокой сжимающей нагрузки.

7.3.2.3 Нагрев испытательного образца

Перед испытанием на герметичность испытательные образцы подвергают нагреву при минимальной температуре, указанной в таблице 1. В настоящем стандарте не предусмотрено проведение испытаний при повышенной температуре после испытания наружным давлением при температуре окружающей среды. Однако если после первоначального нагрева проводится испытание при наружном давлении при температуре окружающей среды, с последующими дополнительными испытаниями при повышенной температуре, испытательный образец подвергают дополнительному нагреву.

На испытательном образце должны быть размещены термодатчики в соответствии с требованиями 5.10.2. Показания термодатчиков, используемых при нагреве, должны соответствовать требованиям к температуре, приведенным в таблице 1, или превышать их. Средняя температура должна соответствовать температуре, приведенной в таблице 1, или превышать ее; при этом термодатчики должны находиться в пределах заданных допусков.

Нагрев выполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) испытательные образцы для трубы наружным диаметром менее 244,48 мм должны подвергаться нагреву суммарно в течение минимум 12 ч;

б) испытательные образцы для трубы наружным диаметром 244,48 мм и более должны подвергаться нагреву суммарно в течение минимум 24 ч.

Данная процедура снижает дегазацию резьбовой смазки, которая может оказаться утечкой, и обеспечивает эксплуатационные характеристики резьбовой смазки в наиболее неблагоприятных условиях.

Для таблицы 7, если точка нагрузки LP 14_a90 TLE^a превышает 90 % от CEE^a, внутреннее давление следует ограничить до 90 % от CEE^a.

Т а б л и ц а 7 – Определение точек нагрузки

Точка нагрузки	Серия испытаний			Область оценки резьбового соединения (CEE)		Область испытательных нагрузок (TLE)		Изгиб	Температура	Уровень испытаний
	A	B	C	Осевая точка F_a	Точка давления p_i или p_0	Осевая нагрузка F_a	Нагрузка под давлением p_i или p_0			
Ноль	•	•	•	0	0	0	0	-	окружающей среды	Все
1 _a 80	-	•	-	мин. (F_t^a, CEE^{at})	0	0,67 x LP 1 _a 80 $CEE^a F_a$	0	-	окружающей среды	80 %
2 _a 80	-	•	-	-	-	0,80 x LP 4 _a 80 $CEE^a F_a$	0,25 x 0,80 x LP 4 _a 80 $CEE^a p_i$	-	окружающей среды	
3 _a 80	-	•	-	-	-	0,80 x LP 4 _a 80 $CEE^a F_a$	0,50 x 0,80 x LP 4 _a 80 $CEE^a p_i$	-	окружающей среды	
4 _a 80	-	•	-	0,67/0,80 x мин. (F_t^a, CEE^{at})	100 % $CEE^a p_i$	0,80 x LP 4 _a 80 $CEE^a F_a$	0,80 x LP 4 _a 80 $CEE^a p_i$	-	окружающей среды	
5 _a 80	-	•	-	F_{CEPL}	100 % $CEE^a p_i$	0,80 x LP 5 _a 80 $CEE^a F_a$	0,80 x LP 5 _a 80 $CEE^a p_i$	-	окружающей среды	
6 _a 80	-	•	-	0	100 % $CEE^a p_i$	0	0,80 x LP 6 _a 80 $CEE^a p_i$	-	окружающей среды	
7 _a 80	-	•	-	0,50/0,80 x мин. (F_c^a, CEE^{ac})	100 % $CEE^a p_i$	0,80 x LP 7 _a 80 $CEE^a F_a$	0,80 x LP 7 _a 80 $CEE^a p_i$	-	окружающей среды	
8 _a 80	-	•	-	-	-	0,80 x LP 7 _a 80 $CEE^a F_a$	0,50 x 0,80 x LP 7 _a 80 $CEE^a p_i$	-	окружающей среды	
9 _a 80	-	•	-	мин. (F_c^a, CEE^{ac})	0	0,50 x LP 9 _a 80 $CEE^a F_a$	0	-	окружающей среды	
10 _a 95	•	•	-	мин. (F_t^a, CEE^{at})	0	0,90 x LP 10 _a 95 $CEE^a F_a$	0	-	окружающей среды	
11 _a 95	-	•	-	-	-	0,95 x LP 13 _a 95 $CEE^a F_a$	0,25 x 0,95 x LP 13 _a 95 $CEE^a p_i$	-	окружающей среды	
12 _a 95	•	•	-	-	-	0,95 x LP 13 _a 95 $CEE^a F_a$	0,50 x 0,95 x LP 13 _a 95 $CEE^a p_i$	-	окружающей среды	
13 _a 95	•	•	-	0,90/0,95 x мин. (F_t^a, CEE^{at})	100 % $CEE^a p_i$	0,95 x LP 13 _a 95 $CEE^a F_a$	0,95 x LP 13 _a 95 $CEE^a p_i$	Да	окружающей среды	
14 _a 95	•	•	-	0,80/0,95 x мин. (F_t^a, CEE^{at})	100 % $CEE^a p_i$	0,95 x LP 14 _a 95 $CEE^a F_a$	0,95 x LP 14 _a 95 $CEE^a p_i$	Да	окружающей среды	
15 _a 95	•	•	-	F_{CEPL}	100 % $CEE^a p_i$	0,95 x LP 15 _a 95 $CEE^a F_a$	0,95 x LP 15 _a 95 $CEE^a p_i$	-	окружающей среды	
16 _a 95	•	•	-	0	100 % $CEE^a p_i$	0	0,95 x LP 16 _a 95 $CEE^a p_i$	Да	окружающей среды	
17 _a 95	•	•	-	0,25/0,95 x мин. (F_c^a, CEE^{ac})	100 % $CEE^a p_i$	0,95 x LP 17 _a 95 $CEE^a F_a$	0,95 x LP 17 _a 95 $CEE^a p_i$	Да	окружающей среды	
18 _a 95	•	•	-	0,50/0,95 x мин. (F_c^a, CEE^{ac})	100 % $CEE^a p_i$	0,95 x LP 18 _a 95 $CEE^a F_a$	0,95 x LP 18 _a 95 $CEE^a p_i$	Да	окружающей среды	
19 _a 95	•	•	-	0,75/0,95 x мин. (F_c^a, CEE^{ac})	100 % $CEE^a p_i$	0,95 x LP 19 _a 95 $CEE^a F_a$	0,95 x LP 19 _a 95 $CEE^a p_i$	Да	окружающей среды	
20 _a 95	•	•	-	0,90/0,95 x мин. (F_c^a, CEE^{ac})	100 % $CEE^a p_i$	0,95 x LP 20 _a 95 $CEE^a F_a$	0,95 x LP 20 _a 95 $CEE^a p_i$	Да	окружающей среды	
21 _a 95	•	•	-	мин. (F_c^a, CEE^{ac})	0	0,90 x LP 21 _a 95 $CEE^a F_a$	0	-	окружающей среды	
22 _a 95	•			(1) 0,90/A x мин. (F_c^a, CEE^{ac})	100 % $CEE^a p_0$	(1) A x LP 22 _a 95 $CEE^a F_a$	(1) A x LP 22 _a 95 $CEE^a p_0$	-	окружающей среды	

Точка нагрузки	Серия испытаний			Область оценки резьбового соединения (CEE)		Область испытательных нагрузок (TLE)		Изгиб	Температура	Уровень испытаний
	A	B	C	Осевая точка F_a	Точка давления p_i или p_o	Осевая нагрузка F_a	Нагрузка под давлением p_i или p_o			
23 _{a95}	•	-	-	(1) 0,50/A x мин. ($F_c^a, CEE^a c$)	100 % $CEE^a p_o$	(1) A x LP 23 _{a95} $CEE^a F_a$	(1) A x LP 23 _{a95} $CEE^a p_o$	-	окружающей среды	95 %
24 _{a95}	•	-	-	0	100 % $CEE^a p_o$	0	(1) A x LP 24 _{a95} $CEE^a p_o$	-	окружающей среды	
25 _{a95}	•	-	-	(1) 0,33/A x мин. ($F_t^a, CEE^a t$)	100 % $CEE^a p_o$	(1) A x LP 25 _{a95} $CEE^a F_a$	(1) A x LP 25 _{a95} $CEE^a p_o$	-	окружающей среды	
26 _{a95}	•	-	-	(1) 0,67/A x мин. ($F_t^a, CEE^a t$)	100 % $CEE^a p_o$	(1) A x LP 26 _{a95} $CEE^a F_a$	(1) A x LP 26 _{a95} $CEE^a p_o$	-	окружающей среды	
27 _{a95}	•	-	-	(1) 0,90/A x мин. ($F_t^a, CEE^a t$)	100 % $CEE^a p_o$	(1) A x LP 27 _{a95} $CEE^a F_a$	(1) A x LP 27 _{a95} $CEE^a p_o$	-	окружающей среды	
10 _{a90}	•	•	-	мин. ($F_t^a, CEE^a t$)	0	0,90 x LP 10 _{a90} $CEE^a F_a$	0	-	окружающей среды	90 %
11 _{a90}	-	•	-	-	-	0,90 x LP 13 _{a90} $CEE^a F_a$	0,25 x 0,90 x LP 13 _{a90} $CEE^a p_i$	-	окружающей среды	
12 _{a90}	•	•	-	-	-	0,90 x LP 13 _{a90} $CEE^a F_a$	0,50 x 0,90 x LP 13 _{a90} $CEE^a p_i$	-	окружающей среды	
13 _{a90}	•	•	-	0,90/0,90 x мин. ($F_t^a, CEE^a t$)	100 % $CEE^a p_i$	0,90 x LP 13 _{a90} $CEE^a F_a$	0,90 x LP 13 _{a90} $CEE^a p_i$	Да	окружающей среды	
14 _{a90}	•	•	•	0,80/0,90 x мин. ($F_t^a, CEE^a t$)	100 % $CEE^a p_i$	0,90 x LP 14 _{a90} $CEE^a F_a$	0,90 x LP 14 _{a90} $CEE^a p_i$	Да	окружающей среды	
15 _{a90}	•	•	-	F_{CEPL}	100 % $CEE^a p_i$	F_{CEPL}	0,90 x LP 15 _{a90} $CEE^a p_i$	-	окружающей среды	
16 _{a90}	•	•	-	0	100 % $CEE^a p_i$	0	-	Да	окружающей среды	
17 _{a90}	•	•	-	0,25/0,90 x мин. ($F_c^a, CEE^a c$)	100 % $CEE^a p_i$	0,90 x LP 17 _{a90} $CEE^a F_a$	0,90 x LP 17 _{a90} $CEE^a p_i$	Да	окружающей среды	
18 _{a90}	•	•	-	0,50/0,90 x мин. ($F_c^a, CEE^a c$)	100 % $CEE^a p_i$	0,90 x LP 18 _{a90} $CEE^a F_a$	0,90 x LP 18 _{a90} $CEE^a p_i$	Да	окружающей среды	
19 _{a90}	•	•	-	0,75/0,90 x мин. ($F_c^a, CEE^a c$)	100 % $CEE^a p_i$	0,90 x LP 19 _{a90} $CEE^a F_a$	0,90 x LP 19 _{a90} $CEE^a p_i$	Да	окружающей среды	
20 _{a90}	•	•	-	0,90/0,90 x мин. ($F_c^a, CEE^a c$)	100 % $CEE^a p_i$	0,90 x LP 20 _{a90} $CEE^a F_a$	0,90 x LP 20 _{a90} $CEE^a p_i$	Да	окружающей среды	
21 _{a90}	•	•	-	мин. ($F_c^a, CEE^a c$)	0	0,90 x LP 21 _{a90} $CEE^a F_a$	0	-	окружающей среды	
22 _{a90}	•	-	-	(2) 0,90/B x мин. ($F_c^a, CEE^a c$)	100 % $CEE^a p_o$	(2) B x LP 22 _{a90} $CEE^a F_a$	(2) B x LP 22 _{a90} $CEE^a p_o$	-	окружающей среды	
23 _{a90}	•	-	-	(2) 0,50/B x мин. ($F_c^a, CEE^a c$)	100 % $CEE^a p_o$	(2) B x LP 23 _{a90} $CEE^a F_a$	(2) B x LP 23 _{a90} $CEE^a p_o$	-	окружающей среды	
24 _{a90}	•	-	-	0	100 % $CEE^a p_o$	0	(2) B x LP 24 _{a90} $CEE^a p_o$	-	окружающей среды	
25 _{a90}	•	-	-	(2) 0,33/B x мин. ($F_t^a, CEE^a t$)	100 % $CEE^a p_o$	(2) B x LP 25 _{a90} $CEE^a F_a$	(2) B x LP 25 _{a90} $CEE^a p_o$	-	окружающей среды	
26 _{a90}	•	-	-	(2) 0,67/B x мин. ($F_t^a, CEE^a t$)	100 % $CEE^a p_o$	(2) B x LP 26 _{a90} $CEE^a F_a$	(2) B x LP 26 _{a90} $CEE^a p_o$	-	окружающей среды	

Продолжение таблицы 7

Точка нагрузки	Серия испытаний			Область оценки резьбового соединения (СЭЕ)		Область испытательных нагрузок (ТЛЕ)		Изгиб	Температура	Уровень испытаний
	А	В	С	Осевая точка F_a	Точка давления p_i или p_0	Осевая нагрузка F_a	Нагрузка под давлением p_i или p_0			
27 _{a90}	•	-	-	(2) 0,90/В x мин. ($F_t^a, CEE^a t$)	100 % $CEE^a p_0$	(2) В x LP 27 _{a90} $CEE^a F_a$	(2) В x LP 27 _{a90} $CEE^a p_0$	-	окружающей среды	90 %
28 _{a90}	-	-	•	-	-	LP 14 _{a90} $TLE^a F_a$ – LP 14 _{a90} F_{CEPL}	0	-	окружающей среды	
29 _{a90}	-	-	•	-	-	LP 28 _{a90} $TLE^a F_a$ + F_{CEPL}	0,20 x LP 14 _{a90} $TLE^a p_i$	-	окружающей среды	
30 _{a90}	-	-	•	-	-	0,05 x LP 28 _{a90} $TLE^a F_a$ + F_{CEPL}	(3) LP 14 _{a90} $TLE^a p_i$	-	окружающей среды	
31 _{a90}	-	-	•	-	-	0,05 x LP 28 _{a90} $TLE^a F_a$ + F_{CEPL}	0,20 x LP 14 _{a90} $TLE^a p_i$	-	окружающей среды	
13 _{Cycle}	•	-	-	-	-	LP 13 _{e90} $TLE^e F_a$ + $(K_{65^\circ} - K_{temp}) / (1 - K_{temp}) \times (LP 13_{a90} TLE^a F_a - LP 13_{a90} TLE^e F_a)$	LP 13 _{e90} $TLE^e p_i$ + $(K_{65^\circ} - K_{temp}) / (1 - K_{temp}) \times (LP 13_{a90} TLE^a p_i - LP 13_{e90} TLE^e p_i)$	-	65 °С	
10 _e	•	•	-	мин. ($F_t^e, CEE^e t$)	0	0,90 x LP 10 _e $CEE^e F_a$	0	-	повышенная	
11 _e	-	•	-	-	-	0,90 x LP 13 _e $CEE^e F_a$	0,25 x 0,90 x LP 13 _e $CEE^e p_i$	-	повышенная	
12 _e	•	•	-	-	-	0,90 x LP 13 _e $CEE^e F_a$	0,50 x 0,90 x LP 13 _e $CEE^e p_i$	-	повышенная	
13 _e	•	•	-	0,90 / 0,90 x мин. ($F_t^e, CEE^e t$)	100 % $CEE^e p_i$	0,90 x LP 13 _e $CEE^e F_a$	0,90 x LP 13 _e $CEE^e p_i$	Да	повышенная	
14 _e	•	•	•	0,80 / 0,90 x мин. ($F_t^e, CEE^e t$)	100 % $CEE^e p_i$	0,90 x LP 14 _e $CEE^e F_a$	0,90 x LP 14 _e $CEE^e p_i$	Да	повышенная	
15 _e	•	•	-	F_{CEPL}	100 % $CEE^e p_i$	F_{CEPL}	0,90 x LP 15 _e $CEE^e p_i$	-	повышенная	
16 _e	•	•	-	0	100 % $CEE^e p_i$	0	0,90 x LP 16 _e $CEE^e p_i$	Да	повышенная	
17 _e	•	•	-	0,25 / 0,90 x мин. ($F_t^e, CEE^e c$)	100 % $CEE^e p_i$	0,90 x LP 17 _e $CEE^e F_a$	0,90 x LP 17 _e $CEE^e p_i$	Да	повышенная	
18 _e	•	•	-	0,50 / 0,90 x мин. ($F_t^e, CEE^e c$)	100 % $CEE^e p_i$	0,90 x LP 18 _e $CEE^e F_a$	0,90 x LP 18 _e $CEE^e p_i$	Да	повышенная	
19 _e	•	•	-	0,75 / 0,90 x мин. ($F_t^e, CEE^e c$)	100 % $CEE^e p_i$	0,90 x LP 19 _e $CEE^e F_a$	0,90 x LP 19 _e $CEE^e p_i$	Да	повышенная	
20 _e	•	•	-	0,90 / 0,90 x мин. ($F_t^e, CEE^e c$)	100 % $CEE^e p_i$	0,90 x LP 20 _e $CEE^e F_a$	0,90 x LP 20 _e $CEE^e p_i$	Да	повышенная	
21 _e	•	•	-	мин. ($F_t^e, CEE^e c$)	0	0,90 x LP 21 _e $CEE^e F_a$	0	-	повышенная	
22 _e	•	-	-	(2) 0,90/В x мин. ($F_t^e, CEE^e c$)	100 % $CEE^e p_0$	(2) В x LP 22 _e $CEE^e F_a$	(2) В x LP 22 _e $CEE^e p_0$	-	повышенная	

ГОСТ ISO 13679 – 20
(Проект, окончательная редакция)
Окончание таблицы 7

Точка нагрузки	Серия испытаний			Область оценки резьбового соединения (CEE)		Область испытательных нагрузок (TLE)		Изгиб	Температура	Уровень испытаний
	A	B	C	Осевая точка F_a	Точка давления p_i или p_o	Осевая нагрузка F_a	Нагрузка под давлением p_i или p_o			
23 _e	•	-	-	(2) 0,50/B x мин. ($F_c^e, CEE^e c$)	100 % $CEE^e p_o$	(2) B x LP 23 _e $CEE^e F_a$	(2) B x LP 23 _e $CEE^e p_o$	-	окружающей среды	90 %
24 _e	-	-	•	0	100 % $CEE^e p_o$	0	(2) B x LP 24 _e $CEE^e p_o$	-	окружающей среды	
25 _e	-	-	•	(2) 0,33/B x мин. ($F_t^e, CEE^e t$)	100 % $CEE^e p_o$	(2) B x LP 25 _e $CEE^e F_a$	(2) B x LP 25 _e $CEE^e p_o$	-	окружающей среды	
26 _e	-	-	•	(2) 0,67/B x мин. ($F_t^e, CEE^e t$)	100 % $CEE^e p_o$	(2) B x LP 26 _e $CEE^e F_a$	(2) B x LP 26 _e $CEE^e p_o$	-	окружающей среды	
27 _e	-	-	•	(2) 0,90/B x мин. ($F_t^e, CEE^e t$)	100 % $CEE^e p_o$	(2) B x LP 27 _e $CEE^e F_a$	(2) B x LP 27 _e $CEE^e p_o$	-	окружающей среды	
<p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 Если наружное давление для CEE^a определено областью фактического давления смятия по API или частью области фактического VME, относящейся к наружному давлению, то A = 95 %. Если наружное давление для CEE^a определено областью номинального давления смятия по API или областью наружного давления смятия, то A = 100 % (без масштабирования).</p> <p>2 Если наружное давление для CEE^e определено областью фактического давления смятия по API или частью области фактического VME, относящейся к наружному давлению, то B = 90 %. Если наружное давление для CEE^e определено областью номинального давления смятия по API или областью наружного давления смятия, то B = 100 % (без масштабирования).</p>										

7.3.3 Испытания TS-A – Растяжение/сжатие и внутреннее/наружное давление

7.3.3.1 Общие положения

Целью TS-A является приближение к предельным условиям эксплуатации и ускорение потенциальной утечки путем приложения наружного или внутреннего давления, а также растягивающей или сжимающей нагрузки. Нагружение для CAL I и CAL II проводится при температуре окружающей среды, а для CAL III и CAL IV – как при температуре окружающей среды, так и при повышенной температуре.

П р и м е ч а н и е – Приложение изгибающей нагрузки в данной серии испытаний не предусмотрено.

7.3.3.2 Принципы испытаний

Испытания TS-A состоит из трех частей:

- 1) при повышенной температуре (на уровне 90 %);
- 2) циклы QI-QIII (на уровне 90 %);
- 3) при температуре окружающей среды (на уровне 90 % и (или) 95 %).

Испытания по трем частям TS-A зависят от выбранного CAL. При проведении испытаний TS-A при повышенной температуре комбинация нагрузки внутренним давлением/осевой нагрузки и нагрузки наружным давлением/осевой нагрузки применяются по часовой стрелке и против часовой стрелки вокруг TLE в каждом из четырех квадрантов. Для испытаний TS-A с циклами QI-QIII, нагрузки повторяются циклически от точки нагрузки

13_{cycle} цикла QI при температуре до 65 °С включ. до точки нагрузки 22_e цикла QIII при повышенной температуре. Для испытаний TS-A при повышенной температуре и циклов QI-QIII, методы выявления утечек при температуре окружающей среды могут не подходить; поэтому в качестве метода выявления утечки применяется метод перепада давления на уплотнительном элементе. Методы выявления утечек при температуре окружающей среды, применяемые для испытаний TS-A при температуре окружающей среды, обеспечивают точность, необходимую для подтверждения герметичности, особенно после испытаний при повышенной температуре (для CAL III и IV). Для испытаний TS-A при температуре окружающей среды, комбинации нагрузки внутренним давлением/осевой нагрузки и нагрузки наружным давлением/осевой нагрузки применяются по часовой стрелке и против часовой стрелки вокруг TLE в каждом из четырех квадрантов.

7.3.3.3 Расчет испытательных нагрузок

7.3.3.3.1 Для определения испытательных образцов, которым необходимо испытание TS-A, см. таблицу 1 и рисунки 4 – 7. Для определения точек нагрузки см. таблицу 7. Для определения этапов нагрузки для CAL III и CAL IV см. таблицу 8. Для определения этапов нагрузки для CAL I и CAL II см. таблицу 9. Пример графика нагрузок приведен в приложении D. Испытания TS-A для CAL I и CAL II проводятся с ограниченным количеством циклов (см. рисунки 4 и 5, соответственно).

7.3.3.3.2 Испытательные образцы подвергают следующим действиям:

a) определяют нагрузки TS-A при температуре окружающей среды и при повышенной температуре в соответствии с таблицей 7;

b) используя расчеты, приведенные в качестве примера в приложении D, определяют осевые нагрузки и нагрузки внутренним давлением для точек нагрузки, указанных на рисунке 25 для уровня 95 % при температуре окружающей среды, на рисунке 27 для уровня 90 % при температуре окружающей среды, на рисунке 28 для уровня 90 % при повышенной температуре;

c) проводят испытания в соответствии с 5.8 и 5.10, и в соответствии с таблицей 8 для CAL III и CAL IV, или таблицей 9 для CAL I и CAL II, и приложением D;

d) для CAL IV между циклами QIII и QI стабилизированная температура в QIII должна быть 180 °С, а стабилизированная температура в QI должна быть не более 65 °С, при этом температура каждой термопары должна быть менее 65 °С. Температуру QI необходимо зафиксировать в протоколе, и при нагружении в QI необходимо учитывать воздействие температуры на предел текучести при расчете прикладываемой нагрузки. Если измерение предела текучести при стабилизированной температуре QI не было выполнено, допускается линейная интерполяция значений предела текучести, измеренных при

температуре окружающей среды и при повышенной температуре;

е) результаты для TS-A записывают в соответствии с рисунком В.8, в протоколе испытаний резьбового соединения на герметичность;

ф) оценивают TLE для TS-A путем применения точек нагрузки, представленных ниже и на рисунке 25 для уровня 95 % при температуре окружающей среды, на рисунке 27 для уровня 90 % при температуре окружающей среды, и на рисунке 28 для уровня 90 % при повышенной температуре.

7.3.3.3.3 Для таблицы 8 необходимо соблюдать следующие рекомендации:

а) если общая растягивающая нагрузка в LP 15_e превышает общую растягивающую нагрузку в LP 14_e, взамен следует использовать LP 14_e;

б) если общая растягивающая нагрузка в LP 15_{a90} превышает общую растягивающую нагрузку в LP 14_{a90}, взамен следует использовать LP 14_{a90};

с) если общая растягивающая нагрузка в LP 15_{a95} превышает общую растягивающую нагрузку в LP 14_{a95}, взамен следует использовать LP 14_{a95}.

7.3.3.3.4 Для таблицы 9 необходимо соблюдать следующие рекомендации:

а) если общая растягивающая нагрузка в LP 15_{a90} превышает общую растягивающую нагрузку в LP 14_{a90}, взамен следует использовать LP 14_{a90};

б) если общая растягивающая нагрузка в LP 15_{a95} превышает общую растягивающую нагрузку в LP 14_{a95}, взамен следует использовать LP 14_{a95}.

7.3.3.3.5 На рисунках 25 – 28 показаны сочетания растягивающей нагрузки и нагрузки давлением, определяющие каждую пронумерованную точку нагрузки в таблице 7. Для TS-A порядок применения точек нагрузки во время испытаний и число раз, которое применяется каждая точка нагрузки, определяют по таблицам 8 или 9.

7.3.4 Испытания TS-B – Растяжение/сжатие и внутреннее давление

7.3.4.1 Общие положения

Целью испытания TS-B является приближение к предельным условиям эксплуатации и ускорение потенциальной утечки путем приложения внутреннего давления и растягивающей или сжимающей нагрузки при повышенной температуре и (или) при температуре окружающей среды, с приложением изгибающей нагрузки или без нее. Применяемый изгиб является плоским, и приводит к максимальным волоконным напряжениям VME, ограниченным TLE.

7.3.4.2 Принципы испытаний

Испытания TS-B делят на три части:

- 1) при температуре окружающей среды без изгиба (на уровне 80 % и (или) 95 %);
- 2) при повышенной температуре с изгибом (на уровне 90 %);

3) при температуре окружающей среды с изгибом (на уровне 90 % и (или) 95 %).

Выполнение трех частей TS-B зависит от выбранного CAL. Для испытаний TS-B комбинация нагрузки внутренним давлением/осевой нагрузки применяют по часовой стрелке и против часовой стрелки вокруг TLE в квадрантах QI и QII. Перед приложением изгибающей нагрузки осевую нагрузку уменьшают на величину, эквивалентную нагрузке при изгибе наружного диаметра трубы, соответствующей запланированной изгибающей нагрузке, таким образом, чтобы уровни нагрузки до и после применения изгиба были эквивалентны.

Т а б л и ц а 8 – TS-A для CAL III^a и CAL IV

Этап нагрузки	Точка нагрузки	Температура	Время выдержки, мин	Направление
1	Ноль	Нагрев	-	-
2	10 _e	180 °C	2	CCW См. рисунок 28 (уровень 90 %)
3	12 _e	180 °C	10	
4	13 _e	180 °C	10	
5	14 _e	180 °C	10	
6	15 _e	180 °C	10	
7	16 _e	180 °C	60	
8	17 _e	180 °C	10	
9	18 _e	180 °C	10	
10	19 _e	180 °C	10	
11	20 _e	180 °C	10 ^b	
12	21 _e	180 °C	2	
13	Ноль	180 °C	-	
Переход с внутреннего давления на наружное давление				
14	21 _e	180 °C	2	CCW См. рисунок 28 (уровень 90 %)
15	22 _e	180 °C	60	
16	23 _e	180 °C	10	
17	24 _e	180 °C	10	
18	25 _e	180 °C	10	
19	26 _e	180 °C	10	
20	27 _e	180 °C	2	
21	26 _e	180 °C	10	CW См. рисунок 28 (уровень 90 %)
22	25 _e	180 °C	10	
23	24 _e	180 °C	60	
24	23 _e	180 °C	10	
25	22 _e	180 °C	10	
26	21 _e	180 °C	2	
27	Ноль	180 °C	-	
Переход с наружного давления на внутреннее давление				
28	21 _e	180 °C	2	CW См. рисунок 28 (уровень 90 %)
29	20 _e	180 °C	10 ^b	
30	19 _e	180 °C	10	
31	18 _e	180 °C	60	
32	17 _e	180 °C	10	
33	16 _e	180 °C	10	
34	15 _e	180 °C	10	
35	14 _e	180 °C	60	
36	13 _e	180 °C	10	
37	12 _e	180 °C	10	
38	10 _e	180 °C	2	
39	Ноль	180 °C	-	

ГОСТ ISO 13679 – 20
 (Проект, окончательная редакция)
 Продолжение таблицы 8

Этап нагрузки	Точка нагрузки	Температура	Время выдержки, мин	Направление
Циклы QI-QIII ^a				
40	13 _{Cycle}	до 65 °С включ.	15	Цикл ^a (уровень 90 %)
41	22 _e	180 °С	15	
42	13 _{Cycle}	до 65 °С включ.	15	
43	22 _e	180 °С	15	
44	13 _{Cycle}	до 65 °С включ.	15	
45	22 _e	180 °С	15	
46	13 _{Cycle}	до 65 °С включ.	15	
47	22 _e	180 °С	15	
48	13 _{Cycle}	до 65 °С включ.	15	
49	22 _e	180 °С	15	
50	Ноль	180 °С	-	
Конец циклов QI-QIII				
51	Ноль	Охлаждение	-	-
52	10 _{a90}	Окружающей среды	2	CCW См. рисунок 27 (уровень 90 %)
53	12 _{a90}	Окружающей среды	10	
54	13 _{a90}	Окружающей среды	10	
55	14 _{a90}	Окружающей среды	10	
56	15 _{a90}	Окружающей среды	10	
57	16 _{a90}	Окружающей среды	60	
58	17 _{a90}	Окружающей среды	10	
59	18 _{a90}	Окружающей среды	10	
60	19 _{a90}	Окружающей среды	10	
61	20 _{a90}	Окружающей среды	10 ^b	
62	21 _{a90}	Окружающей среды	2	
63	Ноль	Окружающей среды	-	
Переход с внутреннего давления на наружное давление				
64	21 _{a90}	Окружающей среды	2	CCW См. рисунок 27 (уровень 90 %)
65	22 _{a90}	Окружающей среды	60	
66	23 _{a90}	Окружающей среды	10	
67	24 _{a90}	Окружающей среды	10	
68	25 _{a90}	Окружающей среды	10	
69	26 _{a90}	Окружающей среды	10	
70	27 _{a90}	Окружающей среды	2	
71	26 _{a90}	Окружающей среды	10	CW См. рисунок 27 (уровень 90 %)
72	25 _{a90}	Окружающей среды	10	
73	24 _{a90}	Окружающей среды	60	
74	23 _{a90}	Окружающей среды	10	
75	22 _{a90}	Окружающей среды	10	
76	21 _{a90}	Окружающей среды	2	
77	Ноль	Окружающей среды	-	

Продолжение таблицы 8

Этап нагрузки	Точка нагрузки	Температура	Время выдержки, мин	Направление
Переход с наружного давления на внутреннее давление				
78	21 _a 90	Окружающей среды	2	CW См. рисунок 27 (уровень 90 %)
79	20 _a 90	Окружающей среды	10 ^b	
80	19 _a 90	Окружающей среды	10	
81	18 _a 90	Окружающей среды	60	
82	17 _a 90	Окружающей среды	10	
83	16 _a 90	Окружающей среды	10	
84	15 _a 90	Окружающей среды	10	
85	14 _a 90	Окружающей среды	60	
86	13 _a 90	Окружающей среды	10	
87	12 _a 90	Окружающей среды	10	
88	10 _a 90	Окружающей среды	2	
89	Ноль	Окружающей среды	-	
90	10 _a 95	Окружающей среды	2	
91	12 _a 95	Окружающей среды	10	
92	13 _a 95	Окружающей среды	10	
93	14 _a 95	Окружающей среды	10	
94	15 _a 95	Окружающей среды	10	
95	16 _a 95	Окружающей среды	60	
96	17 _a 95	Окружающей среды	10	
97	18 _a 95	Окружающей среды	10	
98	19 _a 95	Окружающей среды	10	
99	20 _a 95	Окружающей среды	10	
100	21 _a 95	Окружающей среды	2	
101	Ноль	Окружающей среды	-	
Переход с внутреннего давления на наружное давление				
102	21 _a 95	Окружающей среды	2	CCW См. рисунок 25 (уровень 95 %)
103	22 _a 95	Окружающей среды	60	
104	23 _a 95	Окружающей среды	10	
105	24 _a 95	Окружающей среды	10	
106	25 _a 95	Окружающей среды	10	
107	26 _a 95	Окружающей среды	10	
108	27 _a 95	Окружающей среды	2	
109	26 _a 95	Окружающей среды	10	
110	25 _a 95	Окружающей среды	10	CW См. рисунок 25 (уровень 95 %)
111	24 _a 95	Окружающей среды	60	
112	23 _a 95	Окружающей среды	10	
113	22 _a 95	Окружающей среды	10	
114	21 _a 95	Окружающей среды	2	
115	Ноль	Окружающей среды	-	

ГОСТ ISO 13679 – 20
 (Проект, окончательная редакция)
 Окончание таблицы 8

Этап нагрузки	Точка нагрузки	Температура	Время выдержки, мин	Направление
Переход с наружного давления на внутреннее давление				
116	21 _{a95}	Окружающей среды	2	CW См. рисунок 25 (уровень 95 %)
117	20 _{a95}	Окружающей среды	10	
118	19 _{a95}	Окружающей среды	10	
119	18 _{a95}	Окружающей среды	60	
120	17 _{a95}	Окружающей среды	10	
121	16 _{a95}	Окружающей среды	10	
122	15 _{a95}	Окружающей среды	10	
123	14 _{a95}	Окружающей среды	60	
124	13 _{a95}	Окружающей среды	10	
125	12 _{a95}	Окружающей среды	10	
126	10 _{a95}	Окружающей среды	2	
127	Ноль	Окружающей среды	-	
^a Для CAL III этапы нагрузки с 40 по 50 не проводят. ^b Если для данной точки нагрузки давление отсутствует, время выдержки можно уменьшить до 2 мин.				

Т а б л и ц а 9 – TS-A для CAL I^a и CAL II

Этап нагрузки	Точка нагрузки	Температура	Время выдержки, мин	Направление
1	Ноль	Окружающей среды	-	CCW ^a См. рисунок 27 (уровень 90 %)
2	10 _{a90}	Окружающей среды	2	
3	12 _{a90}	Окружающей среды	10	
4	13 _{a90}	Окружающей среды	10	
5	14 _{a90}	Окружающей среды	60	
6	15 _{a90}	Окружающей среды	10	
7	16 _{a90}	Окружающей среды	10	
8	17 _{a90}	Окружающей среды	10	
9	18 _{a90}	Окружающей среды	30	
10	19 _{a90}	Окружающей среды	10	
11	20 _{a90}	Окружающей среды	10 ^b	
12	21 _{a90}	Окружающей среды	2	
13	Ноль	Окружающей среды	-	
Переход с внутреннего давления на наружное давление				
14	21 _{a90}	Окружающей среды	2	CCW ^a См. рисунок 27 (уровень 90 %)
15	22 _{a90}	Окружающей среды	30	
16	23 _{a90}	Окружающей среды	10	
17	24 _{a90}	Окружающей среды	10	
18	25 _{a90}	Окружающей среды	10	
19	26 _{a90}	Окружающей среды	10	
20	27 _{a90}	Окружающей среды	2	

Продолжение таблицы 9

Этап нагрузки	Точка нагрузки	Температура	Время выдержки, мин	Направление
21	26 _a 90	Окружающей среды	15	CW ^a См. рисунок 27 (уровень 90 %)
22	25 _a 90	Окружающей среды	15	
23	24 _a 90	Окружающей среды	60	
24	23 _a 90	Окружающей среды	15	
25	22 _a 90	Окружающей среды	15	
26	21 _a 90	Окружающей среды	2	
27	Ноль	Окружающей среды	-	
Переход с наружного давления на внутреннее давление				
28	21 _a 90	Окружающей среды	2	CW ^a См. рисунок 27 (уровень 90 %)
29	20 _a 90	Окружающей среды	10 ^b	
30	19 _a 90	Окружающей среды	10	
31	18 _a 90	Окружающей среды	60	
32	17 _a 90	Окружающей среды	10	
33	16 _a 90	Окружающей среды	10	
34	15 _a 90	Окружающей среды	10	
35	14 _a 90	Окружающей среды	60	
36	13 _a 90	Окружающей среды	10	
37	12 _a 90	Окружающей среды	10	
38	10 _a 90	Окружающей среды	2	
39	Ноль	Окружающей среды	-	
40	10 _a 95	Окружающей среды	2	CCW См. рисунок 25 (уровень 95 %)
41	12 _a 95	Окружающей среды	10	
42	13 _a 95	Окружающей среды	10	
43	14 _a 95	Окружающей среды	60	
44	15 _a 95	Окружающей среды	10	
45	16 _a 95	Окружающей среды	10	
46	17 _a 95	Окружающей среды	10	
47	18 _a 95	Окружающей среды	30	
48	19 _a 95	Окружающей среды	10	
49	20 _a 95	Окружающей среды	10	
50	21 _a 95	Окружающей среды	2	
51	Ноль	Окружающей среды	-	
Переход с внутреннего давления на наружное давление				
52	21 _a 95	Окружающей среды	2	CCW См. рисунок 25 (уровень 95 %)
53	22 _a 95	Окружающей среды	30	
54	23 _a 95	Окружающей среды	10	
55	24 _a 95	Окружающей среды	10	
56	25 _a 95	Окружающей среды	10	
57	26 _a 95	Окружающей среды	10	
58	27 _a 95	Окружающей среды	2	

ГОСТ ISO 13679 – 20
 (Проект, окончательная редакция)
 Окончание таблицы 9

Этап нагрузки	Точка нагрузки	Температура	Время выдержки, мин	Направление
59	26 _a 95	Окружающей среды	15	CW См. рисунок 25 (уровень 95 %)
60	25 _a 95	Окружающей среды	15	
61	24 _a 95	Окружающей среды	60	
62	23 _a 95	Окружающей среды	15	
63	22 _a 95	Окружающей среды	15	
64	21 _a 95	Окружающей среды	2	
65	Ноль	Окружающей среды	-	
Переход с наружного давления на внутреннее давление				
66	21 _a 95	Окружающей среды	2	CW См. рисунок 25 (уровень 95 %)
67	20 _a 95	Окружающей среды	10	
68	19 _a 95	Окружающей среды	10	
69	18 _a 95	Окружающей среды	60	
70	17 _a 95	Окружающей среды	10	
71	16 _a 95	Окружающей среды	10	
72	15 _a 95	Окружающей среды	10	
73	14 _a 95	Окружающей среды	60	
74	13 _a 95	Окружающей среды	10	
75	12 _a 95	Окружающей среды	10	
76	10 _a 95	Окружающей среды	2	
77	Ноль	Окружающей среды	-	

^a Для CAL I этапы нагрузки 1 до 39 не проводят.
^b Если для данной точки нагрузки давление отсутствует, время выдержки можно уменьшить до 2 мин.



Примечание – См. таблицу 8, этапы нагрузки с 90 по 127, и таблицу 9, этапы нагрузки с 40 до 77.

Рисунок 25 – Пример точек нагрузки TS-A при температуре окружающей среды при величине нагрузки 95 % от CEE, при совпадении эталонных характеристик тела трубы и области оценки резьбового соединения, с ограничением растяжения и сжатия до 90 % от CEE




Примечание – См. таблицу 8, этапы нагрузки с 90 по 127, и таблицу 9, этапы нагрузки с 40 до 77.

Рисунок 26 – Пример точек нагрузки TS-A при температуре окружающей среды при величине нагрузки 95 % от ССЭ для внутреннего давления и 100 % от ССЭ для наружного давления, при несовпадении эталонных характеристик тела трубы и области оценки резьбового соединения с ограничением растяжения и сжатия до 90 % от ССЭ



Примечание – См. таблицу 8, этапы нагрузки с 51 по 89, и таблицу 9, этапы нагрузки с 1 по 39.

Рисунок 27 – Пример точек нагрузки TS-A при температуре окружающей среды при величине нагрузки 90 % от СЕЕ, при совпадении эталонных характеристик тела трубы и области оценки резьбового соединения

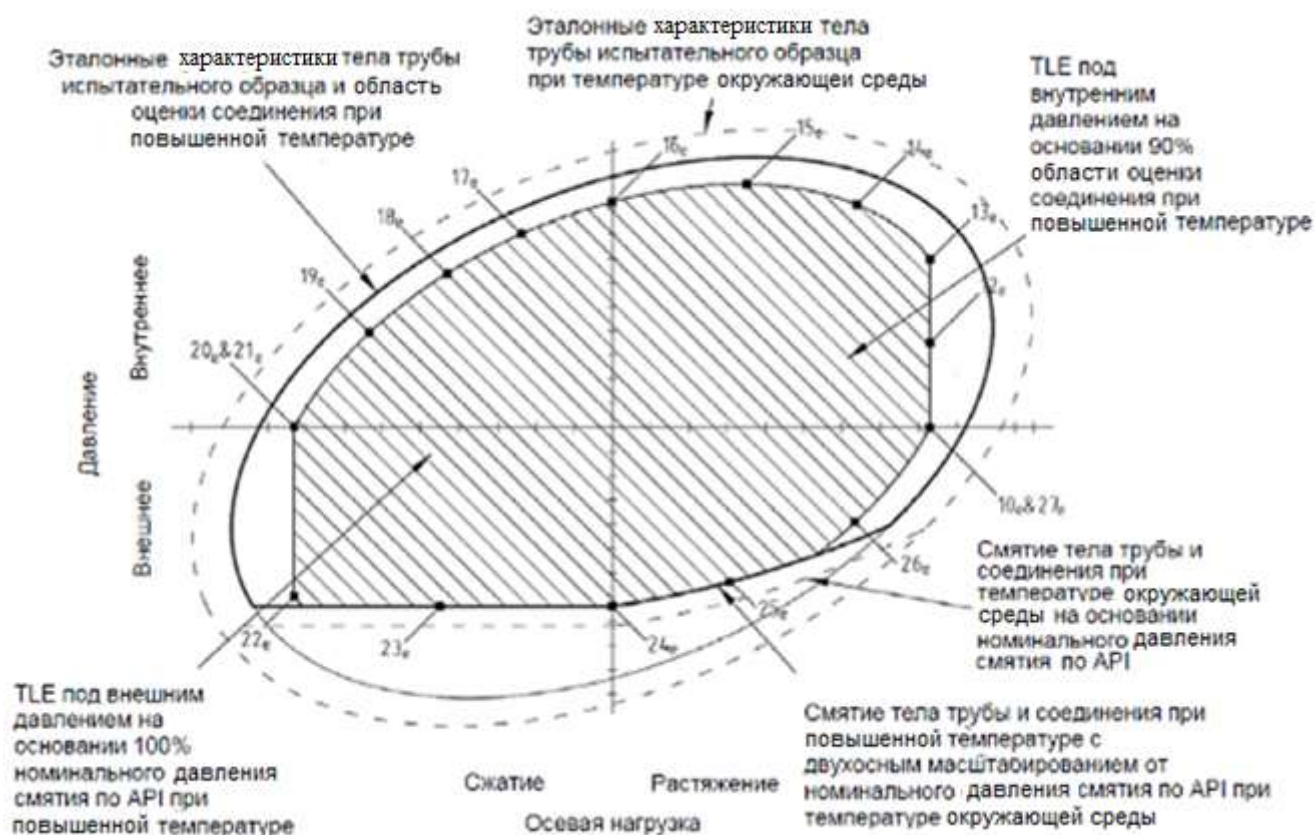

Примечание – См. таблицу 8, этапы нагрузки с 1 по 39.

Рисунок 28 – Пример точек нагрузки TS-A при повышенной температуре при величине нагрузки 90 % от СЕЕ, при совпадении эталонных характеристик тела трубы и области оценки резьбового соединения

7.3.4.3 Расчет испытательных нагрузок

7.3.4.3.1 Общие положения

Испытательные образцы резьбовых соединений подвергают указанным ниже действиям. Для испытательных образцов, требующих проведения испытания TS-B, см. таблицу 1 и рисунки с 4 по 7. Характеристики точек нагрузки приведены в таблице 7. Этапы нагрузки при TS-B для CAL II, CAL III и CAL IV приведены в таблице 10. Этапы нагрузки при TS-B для CAL I приведены в таблице 11. Для испытательных образцов для CAL II, CAL III и CAL IV, которым не требуется проведение TS-A, в таблице 12 приведены дополнительные этапы нагрузки при TS-B. Примеры графиков нагрузок приведены в приложении D. Следует обратить внимание, что для CAL I, CAL II, CAL III и CAL IV величина изгиба является нормативной.

а) Определяют нагрузки TS-B при температуре окружающей среды и при повышенной температуре в соответствии с таблицей 7.

Определяют эквивалентные растягивающие и сжимающие нагрузки при изгибе.

Перед применением изгиба уменьшают допустимую нагрузку на нагрузочное устройство в точке нагрузки на эквивалентную осевую растягивающую или сжимающую нагрузку. Сумма приложенных нагрузок (нагрузка от давления на конце с торцевой заглушкой F_{SEPL} , эквивалентная изгибающая нагрузка F_b , и нагрузка, создаваемая нагрузочным устройством F_i) должна быть равной требуемой нагрузке F_a для точки нагрузки. Перед переходом к следующей точке нагрузки уменьшают изгиб до нуля. Проверяют напряжение VME на внутреннем и наружном волокне. В случае если напряжение VME превышает 90 % или 95 % (в зависимости от того, что применимо) применяемого предела текучести материала, уменьшают изгибающую или осевую нагрузку до получения напряжения, равного 90 % или 95 % (в зависимости от того, что применимо) от применяемого предела текучести материала. В случае применения изгиба используют меньшее из следующих значений:

- 1) прогиб 20°/30 м;
- 2) 40 % предела текучести тела трубы при изгибе;
- 3) 40 % предела текучести резьбового соединения при изгибе;
- 4) общее напряжение VME, не превышающее 90 % или 95 % (в зависимости от того, что применимо) применяемого предела текучести материала в соответствии с 5.5.2.

b) Для CAL I используют расчеты, приведенные в приложении D в качестве примера, и по ним определяют осевые нагрузки и нагрузки от внутреннего давления для точек нагрузки, указанных на рисунках 29 и 30 для уровня 95 % при температуре окружающей среды.

c) Для CAL II, CAL III CAL и IV используют расчеты, приведенные в приложении D в качестве примера, и по ним определяют осевые нагрузки и нагрузки от внутреннего давления для точек нагрузки, указанных на рисунках 29 и 30 для уровня 95 % при температуре окружающей среды, рисунке 31 для уровня 90 % при температуре окружающей среды и рисунке 32 для уровня 90 % при повышенной температуре.

d) Проводят испытания в соответствии с 5.7 и 5.10, и контролируют изгибающую нагрузку выбранным методом, указанным в 5.9.3.4 и в таблице 10 для CAL II, CAL III и CAL IV, таблице 11 для CAL I, и таблице 12 для CAL II и CAL III (для испытательных образцов, которым не требуется проведение TS-A).

e) Результаты записывают на рисунке B.8, в протоколе испытаний на герметичность резьбового соединения для TS-B.

П р и м е ч а н и е – Для труб наружным диаметром более 244,48 мм возможно ограничение до 40 % предела текучести резьбового соединения.

7.3.4.3.2 Для таблицы 10 необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- a) если общая растягивающая нагрузка в LP 5_a80 превышает общую растягивающую нагрузку в LP 4_a80, взамен следует использовать LP 4_a80;
- b) если общая растягивающая нагрузка в LP 15_a95 превышает общую растягивающую нагрузку в LP 14_a95, взамен следует использовать LP 14_a95;
- c) если общая растягивающая нагрузка в LP 15_e превышает общую растягивающую нагрузку в LP 14_e, взамен следует использовать LP 14_e;
- d) если общая растягивающая нагрузка в LP 15_a90 превышает общую растягивающую нагрузку в LP 14_a90, взамен следует использовать LP 14_a90.

7.3.4.3.3 Для таблицы 11 необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- a) если общая растягивающая нагрузка в LP 5_a80 превышает общую растягивающую нагрузку в LP 4_a80, взамен следует использовать LP 4_a80;
- b) если общая растягивающая нагрузка в LP 15_a95 превышает общую растягивающую нагрузку в LP 14_a95, взамен следует использовать LP 14_a95;
- c) если общая растягивающая нагрузка в LP 15_e превышает общую растягивающую нагрузку в LP 14_e, взамен следует использовать LP 14_e;
- d) если общая растягивающая нагрузка в LP 15_a90 превышает общую растягивающую нагрузку в LP 14_a90, взамен следует использовать LP 14_a90.

7.3.4.3.4 Для таблицы 12 необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- a) если общая растягивающая нагрузка в LP 15_a95 превышает общую растягивающую нагрузку в LP 14_a95, взамен следует использовать LP 14_a95;
- b) если общая растягивающая нагрузка в LP 15_e превышает общую растягивающую нагрузку в LP 14_e, взамен следует использовать LP 14_e;
- c) если общая растягивающая нагрузка в LP 15_a90 превышает общую растягивающую нагрузку в LP 14_a90, взамен следует использовать LP 14_a90.

7.3.4.3.5 На рисунках с 29 по 32 представлены комбинации растягивающей нагрузки и нагрузки от давления, определяющие каждую пронумерованную точку нагрузки в таблице 7. Для TS-B порядок, в котором применяются точки нагрузки во время испытания, и число раз, которое применяется каждая точки нагрузки, определяют по таблицам 11, 12 или 13.

Этап нагрузки	Точка нагрузки	Изгиб	Температура		Время выдержки, мин	Направление
			CAL II	CAL III и CAL IV		
1	1 _a 80	-	Окружающей среды	Окружающей среды	2	CCW См. рисунок 29 (уровень 80 %)
2	2 _a 80	-	Окружающей среды	Окружающей среды	2	
3	3 _a 80	-	Окружающей среды	Окружающей среды	2	
4	4 _a 80	-	Окружающей среды	Окружающей среды	2	
5	5 _a 80	-	Окружающей среды	Окружающей среды	2	
6	6 _a 80	-	Окружающей среды	Окружающей среды	2	
7	7 _a 80	-	Окружающей среды	Окружающей среды	2	
8	8 _a 80	-	Окружающей среды	Окружающей среды	2	
9	9 _a 80	-	Окружающей среды	Окружающей среды	2	
10	Ноль	-	Окружающей среды	Окружающей среды	-	
11	10 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	2	CCW См. рисунок 29 (уровень 95 %)
12	11 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
13	12 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
14	13 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
15	14 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
16	15 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
17	16 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
18	17 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
19	18 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
20	19 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
21	20 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
22	21 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	2	
23	20 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	CW См. рисунок 29 (уровень 95 %)
24	19 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
25	18 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
26	17 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
27	16 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
28	15 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
29	14 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
30	13 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
31	12 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
32	11 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
33	10 _a 95	-	Окружающей среды	Окружающей среды	2	
34	Ноль	-	Нагрев		-	-
35	10 _e	-	135 °С	180 °С	2	CCW См. рисунок 32 (уровень 90 %)
36	11 _e	-	135 °С	180 °С	5	
37	12 _e	-	135 °С	180 °С	5	
38	13 _e	-	135 °С	180 °С	15	
39	13 _{b_e}	Да	135 °С	180 °С	15	
40	14 _e	-	135 °С	180 °С	10	
41	14 _{b_e}	Да	135 °С	180 °С	60	
42	15 _e	-	135 °С	180 °С	15	
43	16 _e	-	135 °С	180 °С	10	
44	16 _{b_e}	Да	135 °С	180 °С	10	
45	17 _e	-	135 °С	180 °С	10	
46	17 _{b_e}	Да	135 °С	180 °С	10	
47	18 _e	-	135 °С	180 °С	10	
48	18 _{b_e}	Да	135 °С	180 °С	10	
49	19 _e	-	135 °С	180 °С	10	
50	19 _{b_e}	Да	135 °С	180 °С	10	
51	20 _e	-	135 °С	180 °С	10 ^a	
52	20 _{b_e}	Да	135 °С	180 °С	10 ^b	
53	21 _e	-	135 °С	180 °С	2	

Продолжение таблицы 10

Этап нагрузки	Точка нагрузки	Изгиб	Температура		Время выдержки, мин	Направление	
			CAL II	CAL III и CAL IV			
54	20 _b e	Да	135 °С	180 °С	10 ^b	CW См. рисунок 32 (уровень 90 %)	
55	20 _e	-	135 °С	180 °С	10 ^a		
56	19 _b e	Да	135 °С	180 °С	10		
57	19 _e	-	135 °С	180 °С	10		
58	18 _b e	Да	135 °С	180 °С	60		
59	18 _e	-	135 °С	180 °С	10		
60	17 _b e	Да	135 °С	180 °С	10		
61	17 _e	-	135 °С	180 °С	10		
62	16 _b e	Да	135 °С	180 °С	10		
63	16 _e	-	135 °С	180 °С	10		
64	15 _e	-	135 °С	180 °С	15		
65	14 _b e	Да	135 °С	180 °С	10		
66	14 _e	-	135 °С	180 °С	10		
67	13 _b e	Да	135 °С	180 °С	60		
68	13 _e	-	135 °С	180 °С	10		
69	12 _e	-	135 °С	180 °С	5		
70	11 _e	-	135 °С	180 °С	5		
71	10 _e	-	135 °С	180 °С	2		
72	Ноль	-	Охлаждение		-		CCW См. рисунок 31 (уровень 90 %)
73	10 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	2		
74	11 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5		
75	12 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5		
76	13 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
77	13 _b a90	Да	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
78	14 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
79	14 _b a90	Да	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
80	15 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	60		
81	16 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
82	16 _b a90	Да	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
83	17 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
84	17 _b a90	Да	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
85	18 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
86	18 _b a90	Да	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
87	19 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
88	19 _b a90	Да	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
89	20 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	10 ^a		
90	20 _b a90	Да	Окружающей среды	Окружающей среды	60 ^b		
91	21 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	2		
92	20 _b a90	Да	Окружающей среды	Окружающей среды	10 ^b		
93	20 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	10 ^a		
94	19 _b a90	Да	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
95	19 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
96	18 _b a90	Да	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
97	18 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
98	17 _b a90	Да	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
99	17 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
100	16 _b a90	Да	Окружающей среды	Окружающей среды	60		
101	16 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
102	15 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
103	14 _b a90	Да	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
104	14 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
105	13 _b a90	Да	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
106	13 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	10		
107	12 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5		

Окончание таблицы 10

Этап нагрузки	Точка нагрузки	Изгиб	Температура		Время выдержки, мин	Направление
			CAL II	CAL III и CAL IV		
108	11 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	5	
109	10 _a 90	-	Окружающей среды	Окружающей среды	2	
110	Ноль	-	Окружающей среды	Окружающей среды	-	

^a Если для данной точки нагрузки давление отсутствует, время выдержки можно уменьшить до 2 мин.
^b Если для данной точки нагрузки давление отсутствует, время выдержки можно уменьшить до 5 мин.
^c Порядок точек нагрузки с изгибом и без него можно менять таким образом, чтобы точка одноосной нагрузки могла быть применена до приложения изгиба.

Т а б л и ц а 11 – TS-B для CAL I


Этап нагрузки	Точка нагрузки	Изгиб	Температура	Время выдержки, мин	Направление
1	1 _a 80	-	Окружающей среды	2	CCW См. рисунок 29 (уровень 80 %)
2	2 _a 80	-	Окружающей среды	2	
3	3 _a 80	-	Окружающей среды	2	
4	4 _a 80	-	Окружающей среды	2	
5	5 _a 80	-	Окружающей среды	2	
6	6 _a 80	-	Окружающей среды	2	
7	7 _a 80	-	Окружающей среды	2	
8	8 _a 80	-	Окружающей среды	2	
9	9 _a 80	-	Окружающей среды	2	
10	Ноль	-	Окружающей среды	-	
11	10 _a 95	-	Окружающей среды	2	CCW См. рисунок 29 (уровень 95 %)
12	11 _a 95	-	Окружающей среды	5	
13	12 _a 95	-	Окружающей среды	5	
14	13 _a 95	-	Окружающей среды	5	
15	14 _a 95	-	Окружающей среды	5	
16	15 _a 95	-	Окружающей среды	5	
17	16 _a 95	-	Окружающей среды	5	
18	17 _a 95	-	Окружающей среды	5	
19	18 _a 95	-	Окружающей среды	5	
20	19 _a 95	-	Окружающей среды	5	
21	20 _a 95	-	Окружающей среды	5	CW См. рисунок 29 (уровень 95 %)
22	21 _a 95	-	Окружающей среды	2	
23	20 _a 95	-	Окружающей среды	5	
24	19 _a 95	-	Окружающей среды	5	
25	18 _a 95	-	Окружающей среды	5	
26	17 _a 95	-	Окружающей среды	5	
27	16 _a 95	-	Окружающей среды	5	
28	15 _a 95	-	Окружающей среды	5	
29	14 _a 95	-	Окружающей среды	5	
30	13 _a 95	-	Окружающей среды	5	
31	12 _a 95	-	Окружающей среды	5	
32	11 _a 95	-	Окружающей среды	5	
33	10 _a 95	-	Окружающей среды	2	
34	Ноль	-	Окружающей среды	-	

Окончание таблицы 11

Этап нагрузки	Точка нагрузки	Изгиб	Температура	Время выдержки, мин	Направление
35	10 _a 95	-	Окружающей среды	2	CCW См. рисунок 30 (уровень 95 %)
36	11 _a 95	-	Окружающей среды	5	
37	12 _a 95	-	Окружающей среды	5	
38	13 _a 95	-	Окружающей среды	15	
39	13 _b _a 95	Да	Окружающей среды	15	
40	14 _a 95	-	Окружающей среды	10	
41	14 _b _a 95	Да	Окружающей среды	60	
42	15 _a 95	-	Окружающей среды	15	
43	16 _a 95	-	Окружающей среды	10	
44	16 _b _a 95	Да	Окружающей среды	10	
45	17 _a 95	-	Окружающей среды	10	
46	17 _b _a 95	Да	Окружающей среды	10	
47	18 _a 95	-	Окружающей среды	10	
48	18 _b _a 95	Да	Окружающей среды	10	
49	19 _a 95	-	Окружающей среды	10	
50	19 _b _a 95	Да	Окружающей среды	10	
51	20 _a 95	-	Окружающей среды	10	
52	20 _b _a 95	Да	Окружающей среды	10	
53	21 _a 95	-	Окружающей среды	2	
54	20 _b _a 95	Да	Окружающей среды	10	
55	20 _a 95	-	Окружающей среды	10	
56	19 _b _a 95	Да	Окружающей среды	10	
57	19 _a 95	-	Окружающей среды	10	
58	18 _b _a 95	Да	Окружающей среды	60	
59	18 _a 95	-	Окружающей среды	60	
60	17 _b _a 95	Да	Окружающей среды	10	
61	17 _a 95	-	Окружающей среды	10	
62	16 _b _a 95	Да	Окружающей среды	10	
63	16 _a 95	-	Окружающей среды	10	
64	15 _a 95	-	Окружающей среды	10	
65	14 _b _a 95	Да	Окружающей среды	10	
66	14 _a 95	-	Окружающей среды	10	
67	13 _b _a 95	Да	Окружающей среды	60	
68	13 _a 95	-	Окружающей среды	10	
69	12 _a 95	-	Окружающей среды	5	
70	11 _a 95	-	Окружающей среды	5	
71	10 _a 95	-	Окружающей среды	2	
72	Ноль	-	Окружающей среды	-	

Т а б л и ц а 12 – Дополнительные требования к TS-B для CAL II и CAL III (для испытательных образцов резьбовых соединений, не требующих TS-A)

Этап нагрузки	Точка нагрузки	Изгиб	Температура	Время выдержки, мин	Направление
1	10 _{a95}	-	Окружающей среды	2	CCW См. рисунок 30 (уровень 95 %)
2	11 _{a95}	-	Окружающей среды	5	
3	12 _{a95}	-	Окружающей среды	5	
4	13 _{a95}	-	Окружающей среды	15	
5	13 _{b_a95}	Да	Окружающей среды	15	
6	14 _{a95}	-	Окружающей среды	10	
7	14 _{b_a95}	Да	Окружающей среды	60	
8	15 _{a95}	-	Окружающей среды	15	
9	16 _{a95}	-	Окружающей среды	10	
10	16 _{b_a95}	Да	Окружающей среды	10	
11	17 _{a95}	-	Окружающей среды	10	
12	17 _{b_a95}	Да	Окружающей среды	10	
13	18 _{a95}	-	Окружающей среды	10	
14	18 _{b_a95}	Да	Окружающей среды	10	
15	19 _{a95}	-	Окружающей среды	10	
16	19 _{b_a95}	Да	Окружающей среды	10	
17	20 _{a95}	-	Окружающей среды	10	
18	20 _{b_a95}	Да	Окружающей среды	10	
19	21 _{a95}	-	Окружающей среды	2	
20	20 _{b_a95}	Да	Окружающей среды	10	
21	20 _{a95}	-	Окружающей среды	10	
22	19 _{b_a95}	Да	Окружающей среды	10	
23	19 _{a95}	-	Окружающей среды	10	
24	18 _{b_a95}	Да	Окружающей среды	60	
25	18 _{a95}	-	Окружающей среды	60	
26	17 _{b_a95}	Да	Окружающей среды	10	
27	17 _{a95}	-	Окружающей среды	10	
28	16 _{b_a95}	Да	Окружающей среды	10	
29	17 _{a95}	-	Окружающей среды	10	
30	15 _{a95}	-	Окружающей среды	10	
31	14 _{b_a95}	Да	Окружающей среды	10	
32	14 _{a95}	-	Окружающей среды	10	
33	13 _{b_a95}	Да	Окружающей среды	60	
34	13 _{a95}	-	Окружающей среды	10	
35	12 _{a95}	-	Окружающей среды	5	
36	11 _{a95}	-	Окружающей среды	5	
37	10 _{a95}	-	Окружающей среды	2	
38	Ноль	Да	Окружающей среды	-	

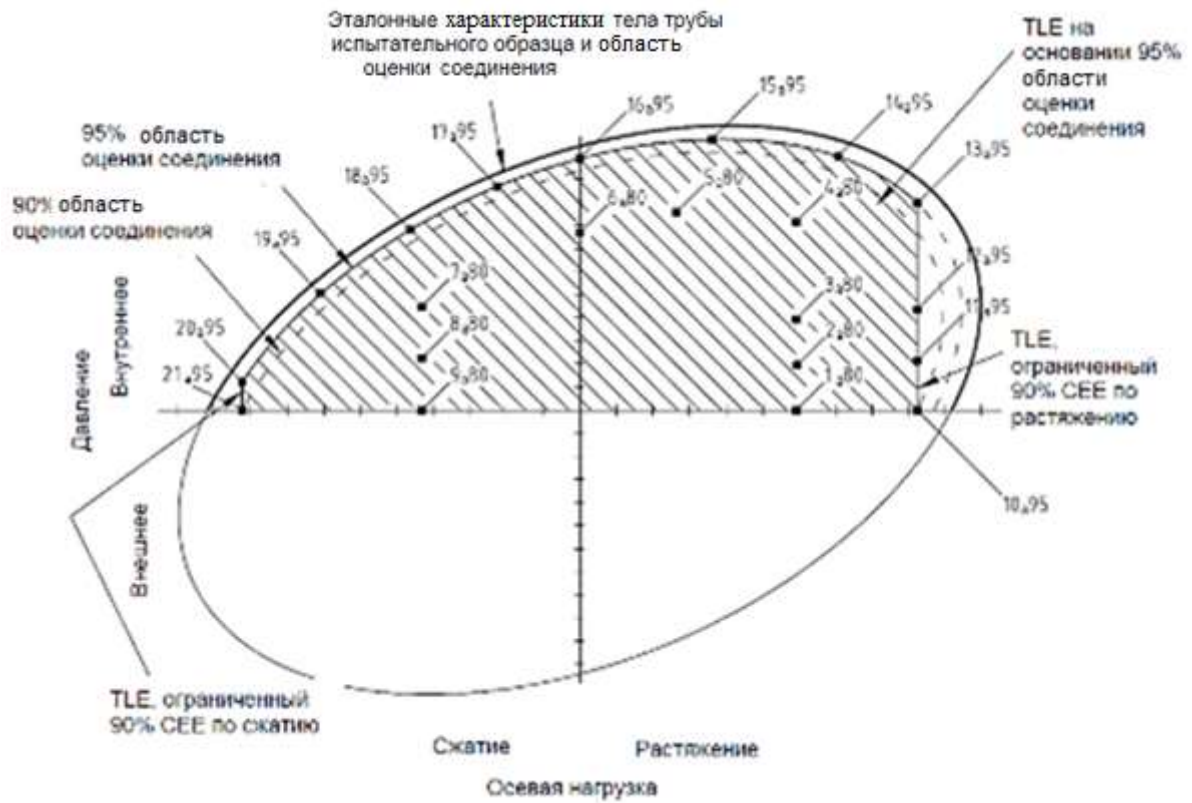


Примечание – См. таблицу 10, этапы нагрузки с 1 по 33, и таблицу 11, этапы нагрузки с 1 по 34.

Рисунок 29 – Пример точек нагрузки TS-B при температуре окружающей среды при величине нагрузки 95 % от CEE при совпадении эталонных характеристик тела трубы и области оценки резьбового соединения, с ограничением растяжения и сжатия до 90 % от CEE



Примечание – См. таблицу 11, этапы нагрузки с 35 по 72, и таблицу 12, этапы нагрузки с 1 по 38.

Рисунок 30 – Пример точек нагрузки TS-B при температуре окружающей среды с изгибом при величине нагрузки 95 % от CEE при совпадении эталонных характеристик тела трубы и области оценки резьбового соединения, с ограничением растяжения и сжатия до 90 % от CEE

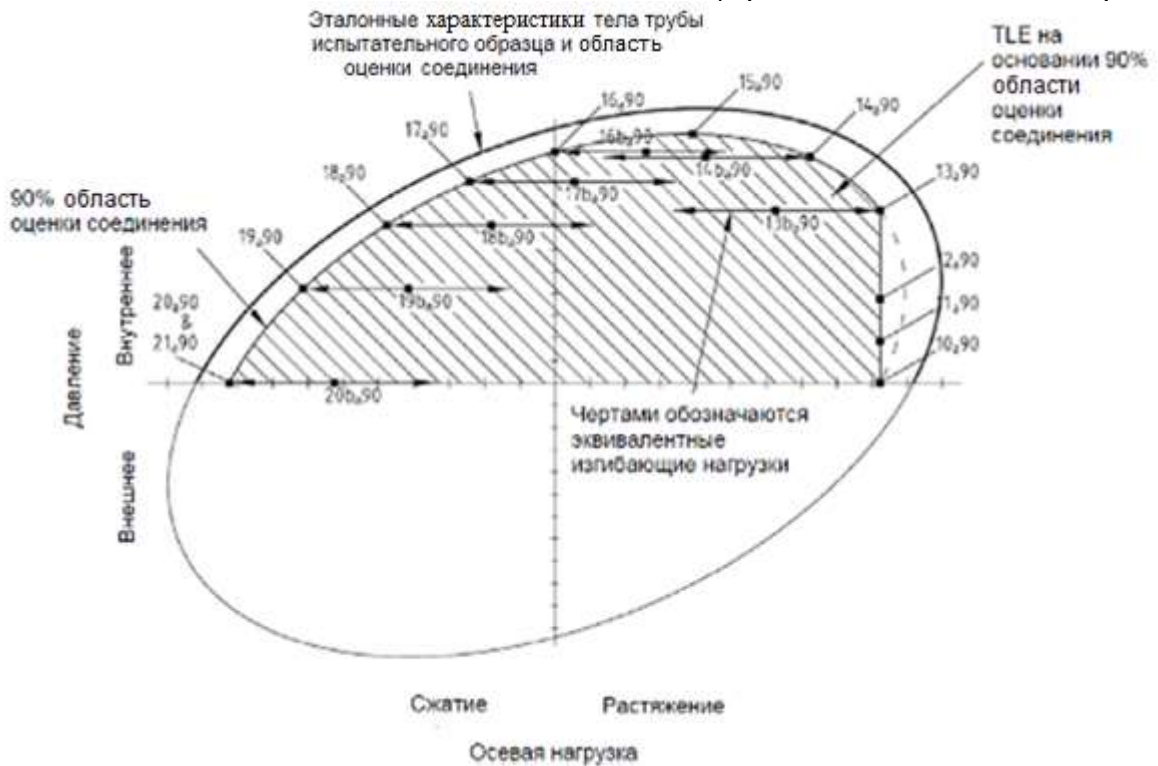

Примечание – См. таблицу 10, этапы нагрузки с 72 по 110.

Рисунок 31 – Пример точек нагрузки TS-B при температуре окружающей среды с изгибом при величине нагрузки 90 % от СЕЕ, при совпадении эталонных характеристик тела трубы и области оценки резьбового соединения



Примечание – См. таблицу 10, этапы нагрузки с 34 по 71.

Рисунок 32 – Пример точек нагрузки TS-B при повышенной температуре с изгибом при величине нагрузки 90 % от СЕЕ, при совпадении эталонных характеристик тела трубы и области оценки резьбового соединения


7.3.5 TS-C – термоциклические испытания с растяжением и внутренним давлением

7.3.5.1 Общие положения

Целью термических и механических циклических испытаний при температуре окружающей среды является приближение к условиям эксплуатации и ускорение потенциальной утечки путем проведения термических циклических испытаний при воздействии на резьбовое соединение осевой растягивающей нагрузки и нагрузки от внутреннего давления.

7.3.5.2 Принципы испытаний

Испытание TS-C начинается с десяти термических циклов и заканчивается пятью циклами давления-растяжения при температуре менее 35 °С. Термический цикл представляет собой переход от максимальной температуры до минимальной температуры и назад к максимальной температуре и показан на рисунке 33, позиция 7. При этом должно пройти не менее 5 мин при максимальной температуре или выше (но не более максимального допустимого предела в соответствии с 5.10), и 5 мин при минимальной температуре или ниже. Минимальное время термического цикла составляет 30 мин.

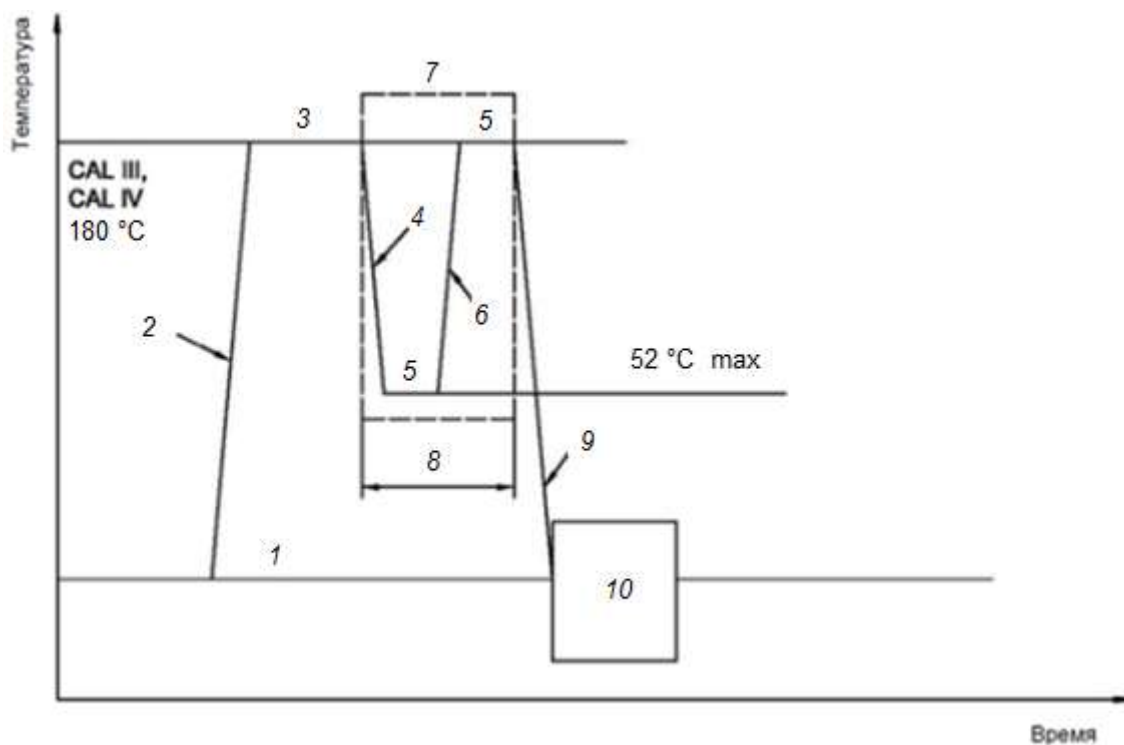

1 – температура окружающей среды; 2 – первоначальный нагрев; 3 – минимальная выдержка при повышенной температуре в течение 60 мин; 4 – охлаждение; 5 – выдержка 5 мин; 6 – нагрев; 7 – десять термических циклов при CAL III и CAL IV; 8 – типичный термический цикл (должен длиться не менее 30 мин); 9 – окончательное охлаждение; 10 – пять циклов давление-растяжения при температуре до 35 °С включ.

Рисунок 33 – Термические/механические циклы TS-C для CAL III и CAL IV

7.3.5.3 Расчет испытательных нагрузок

Расчет точек нагрузки выполняют в соответствии с таблицей 7, пример графика нагрузок TS-C приведен в D.5.3.

На рисунке 34 приведены сочетания растягивающей нагрузки и нагрузки от давления, определяющие каждую пронумерованную точку нагрузки в таблице 7; порядок, в котором применяются точки нагрузки при испытаниях, и число раз, которое применяется каждая точка нагрузки, можно определить по таблице 13 для TS-C.

Испытания испытательных образцов, предназначенных для полномасштабных испытаний (см. таблицу 1 и рисунки 6 и 7), выполняют в следующем порядке:

а) определяют осевые нагрузки и внутреннее давление в соответствии с таблицей 7;

б) проводят испытание в соответствии с указаниями, приведенными в настоящем пункте и на рисунках 33 и 34:

- 1) выявление утечек и схема установки – в соответствии с 5.10;
- 2) нагревают образцы и контролируют температуру термометрами – в соответствии с 5.10 и таблицей 13;
- 3) нагрузку от давления и осевую нагрузку прикладывают в любое время во время нагрева или в течение выдержки 60 мин при повышенной температуре;
- 4) в течение выдержки 60 мин при повышенной температуре (см. позицию 3 на рисунке 33) проводят 10 термических циклов;
- 5) проводят пять механических циклов:
 - i) снимают нагрузки;
 - ii) охлаждают образцы до температуры меньше или равной 35 °C (см. позицию 9 на рисунке 33);
 - iii) выполняют пять механических циклов при температуре окружающей среды, как указано в таблице 13 (позиция 10 на рисунке 33) при максимальной температуре не выше 35 °C;

с) во время испытаний контролируют температуру термометрами в соответствии с 5.10;

д) результаты записывают на рисунке В.9, в протоколе испытаний на герметичность резьбового соединения для TS-C.

Требования к испытаниям TS-C приведены в таблице 13.

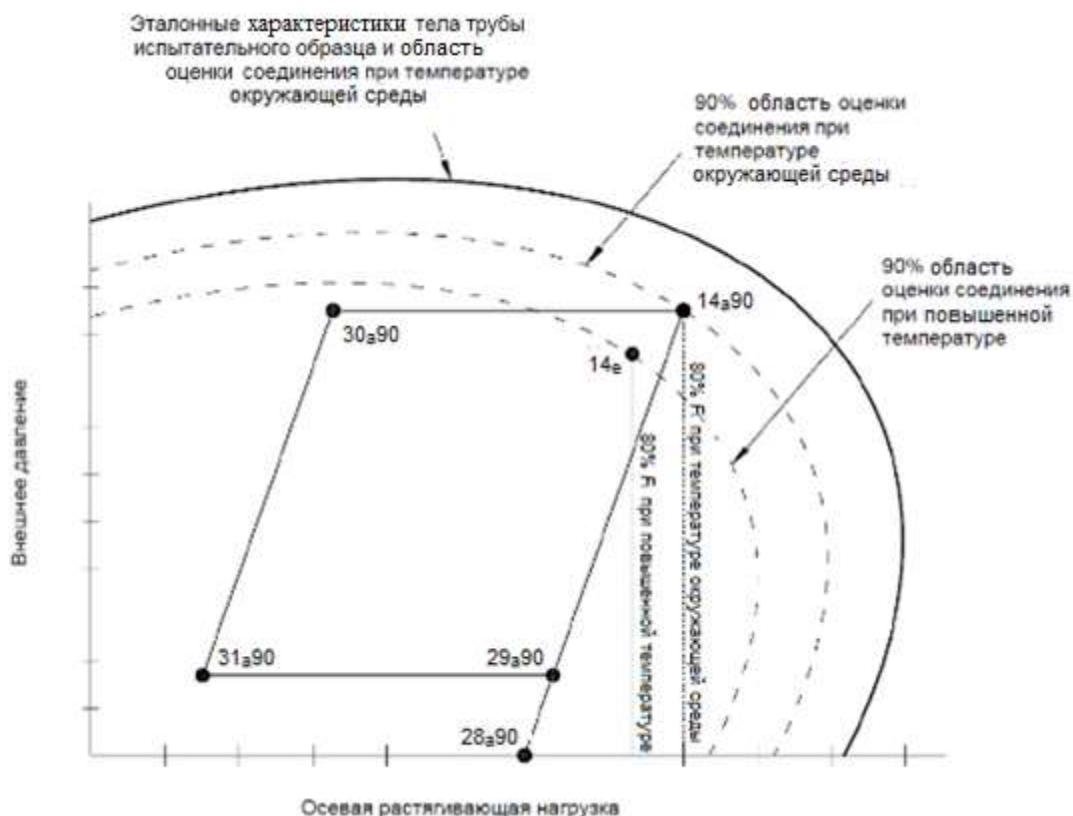


Рисунок 34 – Процедура расчета траектории нагрузки при проведении TS-C

Т а б л и ц а 13 – Этапы нагрузки при TS-C

Этап нагрузки	Точка нагрузки	Этап нагрузки	Температура	Время выдержки, мин
1	Ноль	-	Нагрев	-
2	14 _e	-	180 °С	60
3	14 _e	TC1	Охлаждение	-
4	14 _e		До 52 °С включ.	5
5	14 _e		Нагрев	-
6	14 _e	TC2	180 °С	5
7	14 _e		Охлаждение	-
8	14 _e		До 52 °С включ.	5
9	14 _e	TC3	Нагрев	-
10	14 _e		180 °С	5
11	14 _e		Охлаждение	-
12	14 _e	TC4	До 52 °С включ.	5
13	14 _e		Нагрев	-
14	14 _e		180 °С	5
15	14 _e	TC5	Охлаждение	-
16	14 _e		До 52 °С включ.	5
17	14 _e		Нагрев	-
18	14 _e	TC6	180 °С	5
19	14 _e		Охлаждение	-
20	14 _e		До 52 °С включ.	5
21	14 _e	TC6	Нагрев	-
22	14 _e		180 °С	5
23	14 _e		Охлаждение	-
24	14 _e	TC6	До 52 °С включ.	5
25	14 _e		Нагрев	-
26	14 _e		180 °С	5

Окончание таблицы 13

Этап нагрузки	Точка нагрузки	Этап нагрузки	Температура	Время выдержки, мин
27	14 _e	ТС7	Охлаждение	-
28	14 _e		До 52 °С включ.	5
29	14 _e		Нагрев	-
30	14 _e		180 °С	5
31	14 _e	ТС8	Охлаждение	-
32	14 _e		До 52 °С включ.	5
33	14 _e		Нагрев	-
34	14 _e		180 °С	5
35	14 _e	ТС9	Охлаждение	-
36	14 _e		До 52 °С включ.	5
37	14 _e		Нагрев	-
38	14 _e		180 °С	5
39	14 _e	ТС10	Охлаждение	-
40	14 _e		До 52 °С включ.	5
41	14 _e		Нагрев	-
42	14 _e		180 °С	5
43	Ноль	-	Охлаждение	-
44	28 _{a90}	Переход	До 35 °С включ.	-
45	14 _{a90}	-	До 35 °С включ.	5
46	30 _{a90}	МС1	До 35 °С включ.	2
47	31 _{a90}			2
48	29 _{a90}			2
49	14 _{a90}			5
50	30 _{a90}	МС2	До 35 °С включ.	2
51	31 _{a90}			2
52	29 _{a90}			2
53	14 _{a90}			5
54	30 _{a90}	МС3	До 35 °С включ.	2
55	31 _{a90}			2
56	29 _{a90}			2
57	14 _{a90}			5
58	30 _{a90}	МС4	До 35 °С включ.	2
59	31 _{a90}			2
60	29 _{a90}			2
61	14 _{a90}			5
62	30 _{a90}	МС5	До 35 °С включ.	2
63	31 _{a90}			2
64	29 _{a90}			2
65	14 _{a90}			5
66	Ноль	-	До 35 °С включ.	-

7.4 Испытания при предельных нагрузках

7.4.1 Принципы испытаний

Испытания при предельных нагрузках проводят для определения допустимых нагрузок на конструкцию резьбового соединения. Испытания при предельных нагрузках имеют большое значение для подтверждения эксплуатационных характеристик резьбового соединения за пределами СЕЕ. Кроме того, испытания при предельных нагрузках могут быть полезны для сопоставления с данными FEA. Результаты испытания при предельных нагрузках используются для оценки соответствия резьбового соединения требованиям

настоящего стандарта, однако эти результаты могут потребовать пересмотра в сторону понижения предельных нагрузок, установленных изготовителем (см. 5.3.2). Отдельные траектории испытаний приведены в 7.5. На рисунках 35 и 36 приведены примеры траекторий испытаний при предельных нагрузках.


Испытания при предельных нагрузках должны проводиться с использованием жидкой среды. После окончания испытаний при предельных нагрузках длины L_A , L_B и L_C измеряют и записывают в форму, приведенную на рисунке В.7.

Информационные листы резьбовых соединений изготовителя, приведенные в А.1.5 и таблице А.1, должны включать номинальные разрушающие нагрузки, основанные на SMYS и номинальных размерах резьбовых соединений. Информационные листы испытательных образцов изготовителя, приведенные в таблице А.2, должны включать фактические разрушающие нагрузки для каждого испытательного образца, основанные на AMYS и фактических размерах резьбового соединения (см. А.2.4). Для прямого сравнения с измеренными разрушающими нагрузками номинальные разрушающие нагрузки можно привести к уровню ожидаемых фактических разрушающих нагрузок путем умножения на следующие два коэффициента:

1) отношение фактической прочности испытываемого материала к минимальной прочности материала;


2) отношение фактического размера резьбового соединения под заданной нагрузкой к такому же номинальному размеру.

Размерным параметром растягивающей и сжимающей нагрузок является соответствующая площадь критического сечения, а для нагрузок от давления размерным параметром является размер той части резьбового соединения, стойкость которого при испытании зависит от его геометрических параметров.

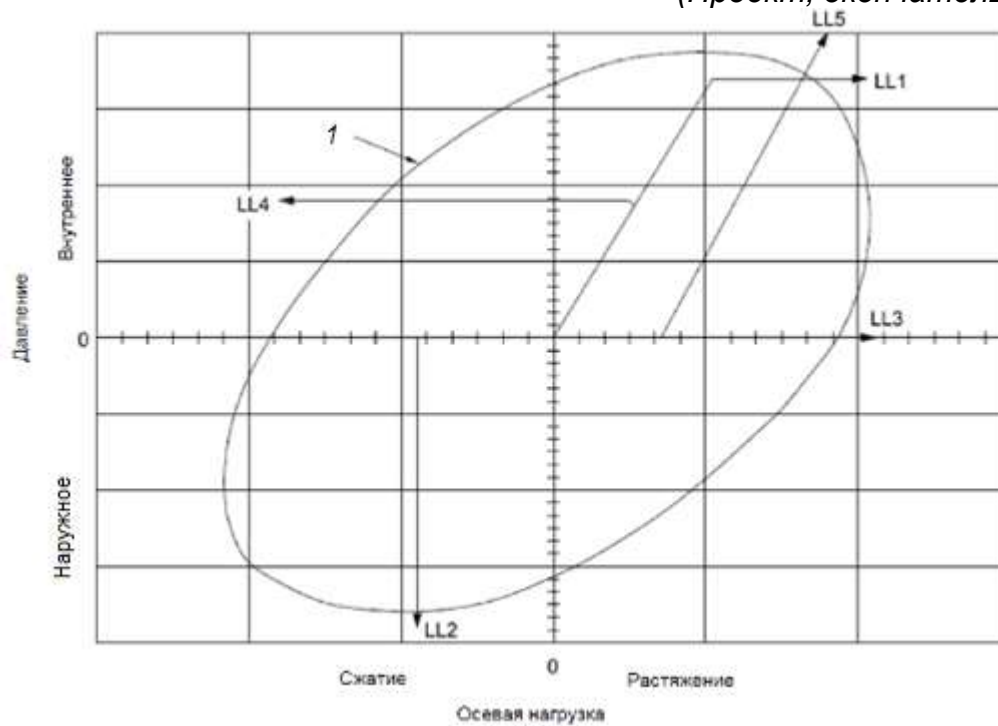

1 – 100 % VME области предела текучести тела трубы

Рисунок 35 – Траектории приложения нагрузки при испытании при предельных нагрузках (пример 1)

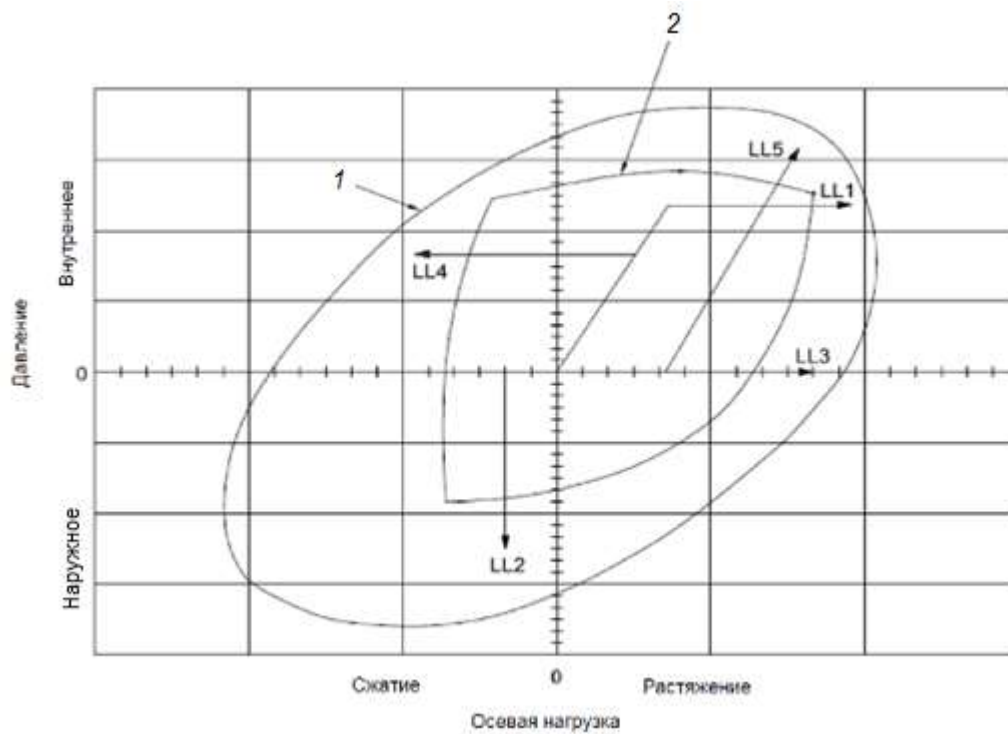

1 – 100 % VME области предела текучести тела трубы; 2 – 100 % области оценки резьбового соединения
Рисунок 36 – Траектории приложения нагрузки при испытании при предельных нагрузках (пример 2)

7.4.2 Окончание испытаний при предельных нагрузках

Испытание может быть завершено при наступлении любого из следующих условий:

- а) изменение длины образца ($L_A + L_B + L_C$, см. рисунок В.4), превышает 1,5 %;
- б) в испытательном образце появилась постоянная утечка;
- с) нагрузка на испытательный образец превышает 120 % от СЕЕ или 111 % от VME тела трубы (кривая 4^а).

Испытания можно продолжать до разрушения конструкции, при этом нагрузку регистрируют как предельную нагрузку, за исключением случая, когда утечка появилась раньше разрушения. При появлении постоянной утечки в испытательном образце, в качестве предельной нагрузки регистрируют нагрузку в начале появления утечки.

Если при испытании под давлением постоянная утечка появилась раньше разрушения конструкции, регистрируют давление и нагрузку от нагрузочного устройства и определяют скорость утечки в объемном выражении или в виде потери давления за единицу времени. Разрушение конструкции или появление утечки в торцевых креплениях делает испытание недействительным, и оно должно быть проведено повторно, кроме случаев, когда испытательный образец был близок к разрушению согласно одному из указанных выше критериев, или произошла достаточная общая деформация, или нагрузка превысила 120 % от СЕЕ. Если при разрушении торцевого крепления сам испытательный образец не был поврежден, то такой образец используют повторно и проводят повторное испытание. Если же при разрушении торцевого крепления испытательный образец был поврежден, для повторного испытания берут новый образец, который должен быть обработан в соответствии с требованиями раздела 6.

7.5 Траектории испытаний при предельных нагрузках

7.5.1 Общие положения

Траектории испытаний при предельных нагрузках приведены на рисунках 35 и 36. Испытания проводят в соответствии с рисунками 4 – 7.

7.5.2 Траектория испытания 1 – Испытание под высоким внутренним давлением с увеличением растягивающей нагрузки

Предельная нагрузка при траектории испытания 1 определяется следующим образом:

- а) используют количество образцов, указанное в таблице 6;
- б) контролируют утечки так же, как при испытаниях TLE (см. 5.7), или с применением соответствующих визуальных методов;
- с) прикладывают внутреннее давление до 100 % от испытательной нагрузки под давлением LP 15_a90;
- д) поддерживая постоянное внутреннее давление, одновременно повышают растягивающую нагрузку до разрушения испытательного образца;

е) результаты каждого испытания записывают в отдельный информационный лист (рисунок В.7) и включают в протокол испытаний фотографии разрушения испытательного образца.

7.5.3 Траектория испытания 2 – Испытания сжимающей нагрузкой с увеличением наружного давления до разрушения

Предельная нагрузка при траектории испытания 2 определяется следующим образом:

- а) используют количество образцов, указанное в таблице 6;
- б) контроль утечек не требуется;
- в) прикладывают сжимающую осевую нагрузку до 50 % от одноосной сжимающей нагрузки TLE при нулевом давлении;
- г) поддерживая постоянный уровень сжимающей нагрузки от нагрузочного устройства, повышают наружное давление до разрушения испытательного образца;
- е) результаты каждого испытания записывают в отдельный информационный лист (рисунок В.7) и включают в протокол испытаний фотографии разрушения испытательного образца.

7.5.4 Траектория испытания 3 – Испытания с увеличением растягивающей нагрузки до разрушения

Предельная нагрузка при траектории испытания 3 определяется следующим образом:

- а) используют количество образцов, указанное в таблице 6;
- б) поддерживая давление на нуле, прикладывают растягивающую нагрузку до разрушения;
- в) результаты каждого испытания записывают в отдельный информационный лист (рисунок В.7) и включают в протокол испытаний фотографии разрушения испытательного образца.

7.5.5 Траектория испытания 4 – Испытания внутренним давлением с увеличением сжимающей нагрузки до разрушения

Предельная нагрузка при траектории испытания 4 определяется следующим образом:

- а) используют количество образцов, указанное в таблице 6;
- б) контролируют утечки так же, как при испытаниях TLE (см. 5.7), или с применением соответствующих визуальных методов;
- в) прикладывают внутреннее давление до 70 % от испытательной нагрузки давлением LP 15a95;

d) поддерживая постоянный уровень внутреннего давления, повышают сжимающую нагрузку до разрушения испытательного образца;

e) результаты каждого испытания записывают в отдельный информационный лист (рисунок В.7) и включают в протокол испытаний фотографии разрушения испытательного образца.

7.5.6 Траектория испытания 5 – Испытания растягивающей нагрузкой с повышением внутреннего давления до разрушения

Предельная нагрузка при траектории испытания 5 определяется следующим образом:

a) используют количество образцов, указанное в таблице 6.

b) контролируют утечки так же, как при испытаниях TLE (см. 5.7), или с применением соответствующих визуальных методов;

c) прикладывают растягивающую осевую нагрузку до 50 % от одноосной растягивающей нагрузки TLE при нулевом давлении;

d) поддерживая постоянный уровень растягивающей нагрузки устройства, повышают внутреннее давление до разрушения испытательного образца;

e) результаты каждого испытания записывают в отдельный информационный лист (рисунок В.7) и включают в протокол испытаний фотографии разрушения испытательного образца.

8 Критерии приемки

8.1 Общие положения

Проведение испытаний в соответствии с требованиями настоящего стандарта подтверждает соответствие СЕЕ заданному CAL. Изготовитель отвечает за достоверность результатов испытаний и определение минимального диапазона эксплуатационных характеристик резьбового соединения.

Результаты испытаний могут потребовать изменения конструкции резьбового соединения или к области оценки резьбового соединения. В первом случае (изменение конструкции резьбового соединения) должны быть проведены повторные испытания. Во втором случае (изменение области оценки резьбового соединения) должны быть проведены повторные испытания отдельных испытательных образцов, кроме случаев, когда области оценки резьбового соединения, уже прошедшие испытания, соответствуют измененной области.

8.2 Испытания на свинчивание и развинчивание

Результаты испытаний на свинчивание и развинчивание считают приемлемыми при выполнении следующих условий:

а) после завершения требуемого количества испытаний на свинчивание и развинчивание при соответствующих значениях крутящего момента отсутствуют признаки заедания или имеются признаки устранимого повреждения, которые могут быть устранены в соответствии с критериями ремонта изготовител:

1) легкое или умеренное заедание в резьбе, попадающее под рекомендации изготовителя по ремонту в полевых условиях, может быть устранено в соответствии с этими рекомендациями и документально зафиксировано в соответствии с 7.2.1. После такого ремонта испытания могут быть продолжены;

2) за исключением легкого и умеренного заедания, описанных выше, заедание не допускается. Необходимо оценить причину сильного заедания, при этом необходимо показать, что причиной заедания не является недостаток конструкции. Если удастся показать, что причиной является не недостаток конструкции, то необходимо провести повторные испытания на свинчивание и развинчивание как минимум двух новых образцов того же типа путем выполнения последовательности свинчивания и развинчивания для подтверждения приемлемости, и еще одного образца – путем выполнения испытаний на герметичность и предельную нагрузку. Если проблему заедания не удастся разрешить, то на этом испытание заканчивается;

б) как правило, согласно техническим условиям изготовителя, заедание на уплотнении металл-металл не допускается; однако, если легкое заедание считается изготовителем пригодным для ремонта, следует согласовать с заказчиком метод ремонта.

8.3 Испытания в области испытательных нагрузок

8.3.1 Общие положения

Результаты испытаний TLE считаются успешными, если выполняются требования к герметичности, установленные в 8.3.2, и не происходит разрушения конструкции.

Если каждое из проведенных испытаний пройдено при уровне 90 %, а следующие испытания не пройдены при уровне 95 %, то резьбовое соединение подтвердило соответствие установленному уровню оценки при уровне 90 %. Если каждое из проведенных испытаний пройдено при уровне 90 % и 95 %, то резьбовое соединение подтвердило соответствие установленному уровню оценки при уровне 95 %. Требования к испытаниям и последовательность испытаний см. на рисунках 4 – 7.

Система выявления утечек по уровню воды чувствительна и может зависеть от условий окружающей среды, таких как температура, изменения давления и стабилизация системы. На систему выявления утечки также могут повлиять изменения объема, вызванные изменениями осевой нагрузки и (или) давления. До начала периода выдержки в устойчивом состоянии необходимо время для стабилизации системы. Если период выдержки начался слишком быстро, это может привести к ложным индикациям. Необходимо принимать во внимание оценку и условия окружающей среды, чтобы определить, обусловлено ли вытеснение среды стабилизацией или утечкой. При необходимости, периоды выдержки следует регулировать, чтобы определить, является ли вытеснение среды проблемой стабилизации или утечкой. Внутренний объем испытательного образца может меняться при изменениях осевой нагрузки и (или) давления, и данное изменение может привести к некоторому вытеснению из-за времени реакции системы выявления утечек. Поэтому перед началом периода выдержки часто требуется период стабилизации. Если при использовании камеры наружного давления для выявления утечек объемы вытеснения превышают допустимые пределы, камеру наружного давления следует удалить и установить систему выявления утечек, как показано в 5.7.

8.3.2 Испытания на герметичность при действии внутреннего давления для TS-A^a, TS-B и TS-C

В соответствии с настоящим стандартом протокол испытаний считается успешно выполненным, если требуемые условия и температура испытаний в каждом из периодов выдержки достигнуты, а утечки резьбового соединения не превысили указанных ниже пределов. Период выдержки должен начинаться после приложения всех номинальных нагрузок и стабилизации системы выявления утечек. Считается, что во время периода выдержки не произошло утечек, если выполнены следующие требования. Для периодов выдержки менее 5 мин требования к утечке не установлены:

а) для периода выдержки 5 мин допустимая утечка составляет до 0,3 см³ включ. Если в течение периода выдержки 5 мин отмечается утечка более 0,3 см³, то период выдержки следует продлить на 5 мин, так чтобы общее время выдержки составило 10 мин, и оценивать результаты как при периоде выдержки 10 мин;

б) для периода выдержки 10 мин выполняются два последовательных интервала 5 мин, с записью данных для каждого интервала 5 мин. Допустимая утечка для периода выдержки 10 мин составляет до 0,6 см³ включ. Если в течение периода выдержки 10 мин отмечается утечка более 0,6 см³, то период выдержки следует продлить еще на 5 мин, так чтобы общее время выдержки составило 15 мин. Для периода выдержки 15 мин

допустимая утечка составляет до $0,9 \text{ см}^3$ включ. Если наблюдается утечка более $0,9 \text{ см}^3$, то период выдержки следует продлить на 15 мин и оценивать результаты как при периоде выдержки 15 мин в соответствии с перечислением с), 4);

с) для периода выдержки 15 мин:

- 1) необходимо выполнить три последовательных интервала 5 мин, с записью данных для каждого интервала 5 мин;
- 2) общая утечка резьбового соединения, измеренная в период выдержки 15 мин, не должна превышать $0,9 \text{ см}^3$;
- 3) в последний интервал 5 мин утечка не должна превышать $0,3 \text{ см}^3$;
- 4) если общая утечка резьбового соединения превышает $0,9 \text{ см}^3$ за 15 мин или утечка в последний интервал 5 мин превышает $0,3 \text{ см}^3$, необходимо увеличить период выдержки на интервалы 5 мин, записывая данные для каждого интервала 5 мин. Если за три последних интервала 5 мин общая утечка не превышает $0,9 \text{ см}^3$, а утечка в последний интервал 5 мин не превышает $0,3 \text{ см}^3$, период выдержки считается пройденным без утечек. Общее время выдержки не должно превышать 60 мин (период выдержки 15 мин плюс не более девяти дополнительных интервалов 5 мин). Если после увеличенного периода выдержки изготовитель считает, что вытеснение не является результатом утечки в резьбовом соединении, изготовитель может остановить испытания для дальнейшей оценки утечки. Изготовитель должен указать установленную причину и план оценки утечки, которые должны быть зафиксированы в протоколе испытаний. Если по плану оценки утечки получены удовлетворительные результаты, испытания возобновляют с предыдущей точки нагрузки с заданным периодом выдержки. Несоблюдение указанных выше критериев означает не подтверждение соответствия СЕЕ. Тогда следует уменьшить СЕЕ и повторно пересчитать TLE для продолжения испытания;

d) для периода выдержки 30 мин:

- 1) необходимо выполнить шесть последовательных интервалов 5 мин, с записью данных для каждого интервала 5 мин;
- 2) общая утечка резьбового соединения, измеренная за период выдержки 30 мин, не должна превышать $1,8 \text{ см}^3$;
- 3) утечка в последний интервал 5 мин не должна превышать $0,3 \text{ см}^3$;
- 4) если общая утечка резьбового соединения превышает $1,8 \text{ см}^3$ за 30 мин или утечка в последний интервал 5 мин превышает $0,3 \text{ см}^3$, необходимо увеличить

период выдержки на интервалы 5 мин, записывая данные для каждого интервала 5 мин. Если за шесть последних интервалов 5 мин общая утечка не превышает $1,8 \text{ см}^3$, а утечка в последний интервал 5 мин не превышает $0,3 \text{ см}^3$, период выдержки считается пройденным без утечек. Общее время выдержки не должно превышать 60 мин (период выдержки 30 мин плюс не более шести дополнительных интервалов 5 мин). Если после увеличенного периода выдержки изготовитель считает, что вытеснение не является результатом утечки в резьбовом соединении, изготовитель может остановить испытания для дальнейшей оценки утечки. Изготовитель должен указать установленную причину и план оценки утечки, которые должны быть зафиксированы в протоколе испытаний. Если по плану оценки утечки получены удовлетворительные результаты, испытания возобновляют с предыдущей точки нагрузки с заданным периодом выдержки. Невозможность несоблюдения указанных выше критериев означает не подтверждение соответствия СЕЕ. Тогда следует уменьшить СЕЕ и повторно пересчитать TLE для продолжения испытания;

е) для периода выдержки 60 мин:

- 1) необходимо выполнить четыре последовательных интервала 15 мин;
- 2) записать данные для интервалов 15 мин, при этом общая утечка резьбового соединения, измеренная за период выдержки 60 мин, не должна превышать $3,6 \text{ см}^3$;
- 3) утечка в последний интервал 15 мин не должна превышать $0,9 \text{ см}^3$;
- 4) если общая утечка резьбового соединения превышает $3,6 \text{ см}^3$ за 60 мин или утечка в последний интервал 15 мин превышает $0,9 \text{ см}^3$, необходимо увеличить период выдержки на интервалы 15 мин, записывая данные для каждого интервала 15 мин. Если за четыре последних последовательных интервала 15 мин, составляющих интервал 60 мин, общая утечка не превышает $3,6 \text{ см}^3$, а утечка в последний интервал 15 мин не превышает $0,9 \text{ см}^3$, то период выдержки считается пройденным без утечек. Общее время выдержки не должно превышать 4 ч (первоначальный период выдержки 1 ч плюс не более 12 дополнительных интервалов 15 мин). Если после увеличенного периода выдержки изготовитель считает, что вытеснение не является результатом утечки в резьбовом соединении, изготовитель может остановить испытания для дальнейшей оценки утечки. Изготовитель должен указать установленную причину и план оценки утечки, которые должны быть

зафиксированы в протоколе испытаний. Если по плану оценки утечки получены удовлетворительные результаты, испытания возобновляют с предыдущей точки нагрузки с заданным периодом выдержки. Несоблюдение указанных выше критериев означает не подтверждение соответствия СЕЕ. Тогда следует уменьшить СЕЕ и повторно пересчитать TLE для продолжения испытания;

8.3.3 Испытания на герметичность для TS-A^e

Для испытаний TS-A с приложением внутреннего и наружного давления при повышенной температуре критерии утечки не установлены; в связи с этим, следующие данные собираются для информации:

- a) скорость потери давления в течение каждого периода выдержки;
- b) динамика потери давления в течение каждого периода выдержки;
- c) необходимо фиксировать количество раз, когда приходилось повышать давление в течение каждого периода выдержки.

Если поддержание давления в точке нагрузки невозможно, проверяют герметичность оборудования в порядке, указанном в 5.8.2.4. Если источником наблюдаемого падения давления является не оборудование, можно провести альтернативные испытания для установления источника падения давления, см. 5.8.2.4.

8.4 Испытания при предельных нагрузках

Испытание при предельных нагрузках позволяет подтвердить установленный СЕЕ при условии, что:

- a) испытание завершено в соответствии с 7.4;
- b) установленная предельная нагрузка превышает TLE изготовителя, определенной по фактической прочности материала и фактическим размерам резьбового соединения.

Если испытательные образцы не прошли испытания при уровне 95 %, испытания при предельной нагрузке требуются для подтверждения соответствия. Если состояние испытательного образца, не прошедшего испытания при уровне 95 %, не позволяют продолжить испытания при предельной нагрузке, необходимо изготовить ему на замену новый образец для проведения испытания при предельных нагрузках при уровне 90 %. Новый испытательный образец доводят до заданного состояния при FMU и выполняют его нагрев, при этом не требуется проведение испытания на герметичность до испытания при предельной нагрузке.

9 Протокол испытаний

По окончании испытаний необходимо подготовить полный подробный протокол с указанием данных испытываемого резьбового соединения по форме, приведенной в приложении С. В протоколе должны быть отражены все результаты проведенных испытаний без исключений. В первой части полного протокола испытаний результаты испытаний приводятся в обобщенном виде с акцентом на краткое представление данных для их широкого распространения, с тем чтобы заказчик резьбового соединения имел возможность:

- a) уточнить информацию об испытываемом резьбовом соединении;
- b) обеспечить надлежащее свинчивание резьбового соединения;
- c) узнать, при каких нагрузках резьбовое соединение успешно прошло испытание.

Данные испытаний служат объективным доказательством соответствия резьбовых соединений TLE и разрушающим предельным нагрузкам.

До начала программы испытаний участники должны определить, кто будет заниматься составлением и актуализацией окончательного протокола испытаний. Протокол испытаний должен быть оформлен в электронном виде. Изготовитель должен сохранять копии протокола и результаты испытаний все то время, пока резьбовые соединения находятся в продаже. Результаты испытаний должны быть оформлены в виде протокола испытаний в соответствии с приложением С. Все фотографии, предусмотренные настоящим стандартом, должны быть включены в протокол, и на них должны быть идентифицированы все соответствующие элементы. Протоколы испытаний могут быть предоставлены для доступа общественности через национальную организацию по стандартизации.

Приложение А

(обязательное)

Информационный лист технических требований к резьбовому соединению и испытательным образцам

А.1 Информационный лист технических требований к резьбовому соединению

А.1.1 Общие положения

Перед началом любых испытаний изготовитель резьбового соединения должен предоставить данные о технических требованиях к резьбовому соединению в форме таблицы А.1.

А.1.2 Идентификация резьбового соединения

Изготовитель резьбового соединения должен представить следующие данные: размер, массу, группу прочности материала (труб и трубных заготовок для муфт), наименование резьбового соединения, а также CAL, при котором должны быть проведены испытания.

А.1.3 Геометрические параметры резьбового соединения

Изготовитель резьбового соединения должен представить подробное описание конструктивных особенностей и преимуществ резьб, уплотнений, упорных элементов и конструкции резьбового соединения.

А.1.4 Чертеж резьбового соединения

Изготовитель резьбового соединения должен предоставить наглядный чертеж резьбового соединения в поперечном разрезе с указанием критических плоскостей растяжения, сжатия, внутреннего давления, наружного давления и изгиба.

А.1.5 Информационный лист резьбовых соединений

Изготовитель резьбового соединения должен предоставить информационный лист резьбового соединения с указанием его минимальных эксплуатационных характеристик, предельных одноосных нагрузок на растяжение, сжатие, внутреннее давление, наружное давление и изгиб, определенных при номинальном наружном диаметре, номинальной толщине стенки, минимальной толщине стенки в 87,5 % от номинальной толщины стенки, и SMYS в качестве исходных данных. Предельные нагрузки на резьбовое соединение также должны быть выражены в процентах от минимальных эксплуатационных характеристик тела трубы.

А.1.6 Технические требования к изготовлению резьбовых соединений

Изготовитель резьбового соединения должен предоставить план контроля

технологического процесса с указанием всех применяемых документов и процедур с соответствующими контрольными номерами и номерами редакций, необходимыми для полного изготовления и контроля резьбового соединения.

A.1.7 Процедуры сборки и ремонта резьбовых соединений

Изготовитель резьбового соединения должен предоставить номер процедуры сборки резьбового соединения в полевых условиях и номер редакции, номер процедуры свинчивания заводской муфты/вспомогательного оборудования для свинчивания и номер редакции, а также номер процедуры сервисного ремонта в полевых условиях и номер редакции.

A.1.8 Процедура свинчивания-развинчивания испытательного образца

Изготовитель резьбового соединения должен предоставить документ, включающий все параметры свинчивания резьбового соединения, с указанием вида и количества резьбовой смазки, метода ее нанесения, скорости свинчивания, требуемого крутящего момента, минимального и максимального значения крутящего момента окончательного свинчивания, и потери при свинчивании испытательных образцов. Настоящий стандарт должен содержать номер процедуры контроля и номер редакции, и ее необходимо включить в план контроля технологического процесса изготовителя для испытательных образцов. Выполнение ремонта испытательных образцов резьбовых соединений должно производиться в соответствии с процедурами изготовителя по ремонту при эксплуатации в полевых условиях. Изготовитель резьбового соединения должен представить полное описание ремонта резьбовых соединений и методику ремонта испытательных образцов.

A.2 Информационный лист испытательного образца

A.2.1 Общие положения

До начала испытаний изготовитель должен предоставить данные о технических требованиях к каждому испытательному образцу в форме таблицы А.2.

A.2.2 Эталонные характеристики испытательного образца тела трубы

Изготовитель резьбового соединения должен предоставить данные об эталонных характеристиках тела трубы, в виде растягивающей и сжимающей нагрузок, внутреннего и наружного давления для каждого испытательного образца, основанных на замеренных свойствах (см. 7.3.1.2).

A.2.3 СЕЕ испытательного образца

Изготовитель резьбового соединения должен предоставить информацию о СЕЕ, в виде растягивающей, сжимающей и изгибающей нагрузок, внутреннего и наружного давления для каждого испытательного образца, с указанием каждой требуемой точки СЕЕ, основанных на замеренных свойствах (см. 7.3.1.3 и таблицу 7).

A.2.4 Область испытательных нагрузок испытательного образца

Изготовитель резьбового соединения должен предоставить полную количественную характеристику TLE для каждого испытательного образца с указанием требуемых точек нагрузки, таким образом, чтобы на ее основании можно было составить графики испытательных нагрузок, которые учитывают фактические свойства испытательных образцов (см. 7.3.1.4 и таблицу 7). Примеры TLE в виде таблиц и графиков приведены в приложении E.

A.2.5 Графики нагрузок испытательного образца

Изготовитель резьбового соединения должен предоставить требуемые графики нагрузок для каждого испытательного образца (см. таблицы 8 – 13).

A.2.6 Предельные нагрузки на испытательный образец

Изготовитель резьбового соединения должен установить проектную разрушающую нагрузку для каждого испытательного образца. Расчет предельной нагрузки должен основываться на проектных характеристиках конструкции и фактических свойствах материала. Фактические предельные нагрузки можно получить, если определены фактические характеристики конструкции и свойства материала. Изготовитель резьбового соединения должен предоставить процедуру испытаний на предельную нагрузку для каждого испытательного образца.

Т а б л и ц а А.1 – Информационный лист технических требований к резьбовому соединению

А.1.2 Идентификация резьбового соединения				
Описание изделия	Размер, масса (маркировка: масса)	Толщина стенки	Группа прочности материала	Наименование изделия
Группа прочности материала муфты (если она отличается от тела трубы)				
Уровень оценки резьбового соединения (CAL), при котором проводится испытание				
А.1.3 Геометрические параметры резьбового соединения				
А.1.4 Чертеж резьбового соединения (приложить отдельные страницы с чертежами поперечного сечения)				
А.1.5 Информационный лист резьбового соединения Документ № (приложить копию)			Номер и дата введения редакции	
А.1.6 Техническая документация на изготовление резьбового соединения Представить полную документацию с указанием всех применяемых документов и процедур с контрольными номерами и номерами редакций, необходимых для изготовления, контроля и монтажа изделия. Эта документация должна включать, как минимум, следующее:				
План контроля технологического процесса (копия)			Номер и дата введения редакции	
Чертеж ниппельного элемента			Номер и дата введения редакции	
Чертеж раструбного элемента			Номер и дата введения редакции	
Чертеж резьбы ниппельного элемента			Номер и дата введения редакции	
Чертеж резьбы раструбного элемента			Номер и дата введения редакции	
Чертеж уплотнительного кольца, номер			Номер и дата введения редакции	
Требования к обработке поверхности ниппельного элемента			Номер и дата введения редакции	
Требования к обработке поверхности раструбного элемента			Номер и дата введения редакции	
Процедура проверки калибра			Номер и дата введения редакции	
Процедура калибровки и контроля			Номер и дата введения редакции	
Процедура контроля уплотнительного кольца			Номер и дата введения редакции	
Процедура высадки/снятия напряжений			Номер и дата введения редакции	
Процедура контроля первого/последнего изделия			Номер и дата введения редакции	
А.1.7 Процедуры сборки в полевых/заводских условиях и ремонта в полевых условиях				
Процедура свинчивания заводской муфты/дополнительного свинчивания			Номер и дата введения редакции	
Процедура эксплуатации в полевых условиях			Номер и дата введения редакции	
Процедура ремонта резьбового соединения в полевых условиях			Номер и дата введения редакции	
А.1.8 Процедура свинчивания-развинчивания испытательного образца			Номер и дата введения редакции	
Резьбовая смазка			Тип и количество	

Т а б л и ц а А.2 – Информационный лист испытательного образца

Раздел	Номер и дата введения редакции
А.2.2 Документ с эталонными характеристиками испытательного образца тела трубы (копия)	Номер и дата введения редакции
А.2.3 Документ с областью оценки резьбового соединения испытательного образца (копия)	Номер и дата введения редакции
А.2.4 Документ с областью испытательных нагрузок испытательных образцов (копия)	Номер и дата введения редакции
А.2.5 Документ с графиками нагрузок на испытательный образец (копия)	Номер и дата введения редакции
А.2.6 Документ с предельными нагрузками на испытательный образец (копия)	Номер и дата введения редакции

Приложение В (обязательное)

Формы для регистрации данных


Формы для регистрации данных, представленные в настоящем приложении, или эквивалентные им в электронном виде, должны применяться совместно с настоящим стандартом, эквивалентные представления этих форм должны содержать данные о назначении формы в соответствии с С.1. Данные из информационных листов могут дублировать отчет лаборатории механических испытаний. Поскольку результаты копируются, что сопряжено с вероятностью наличия в них ошибки, рекомендуется использовать и принять формат лаборатории механических испытаний. Если данные результатов испытаний вносятся в формы вручную, следует использовать формы формата А3 или эквивалентного размера. Если формы заполняются печатным шрифтом или в электронном виде, то можно использовать формы формата А4 или эквивалентного размера при условии применения одного формата и достаточного легкого и удобного чтения данных. Допускается применение увеличенных копий форм из настоящего приложения.

Стандартная форма отчета испытательной лаборатории материалов должна применяться совместно с рисунком В.3. Рекомендуется использование образцов материала для испытаний МТ в соответствии с рисунком В.1.

Рекомендуемая схема для измерения размеров каждого испытательного образца приведена на рисунке В.2. Рисунок В.2 рекомендуется использовать в сочетании с рисунком В.5. В каждом сечении плоскость 0° расположена на измеренной минимальной толщине стенке для этого сечения и будет ориентирована по-разному в каждом сечении. Изготовителю необходимо представить значение L_D для каждого раструбного соединения.



а) схема отбора исходной заготовки – вариант 1

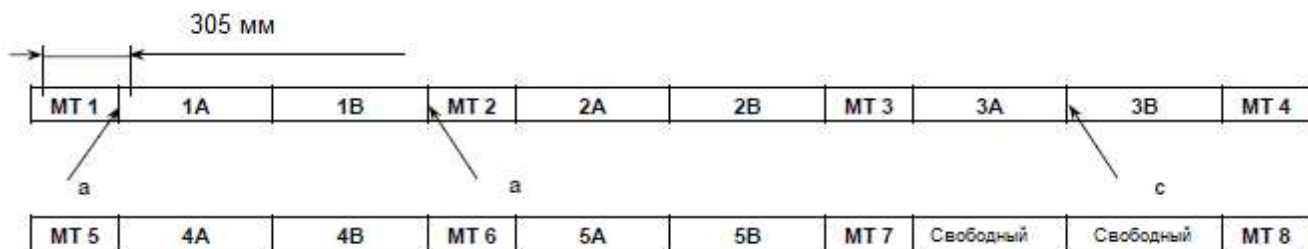

б) схема отбора исходной заготовки – вариант 2



с) схема отбора трубной заготовки для муфт

- ^a Резьбовые соединения, примыкающие к образцу для испытаний материала.
- ^b Гладкий конец (отрезанный газовой резкой или пилой на любом этапе изготовления).
- ^с Гладкий конец (отрезанный газовой резкой или пилой после нарезания резьбы).

MT – проба для испытаний материала

Рисунок В.1 – Рекомендуемая схема расположения исходных заготовок и трубных заготовок для муфт для изготовления испытательных образцов для испытаний материала и образцов для полномасштабных испытаний


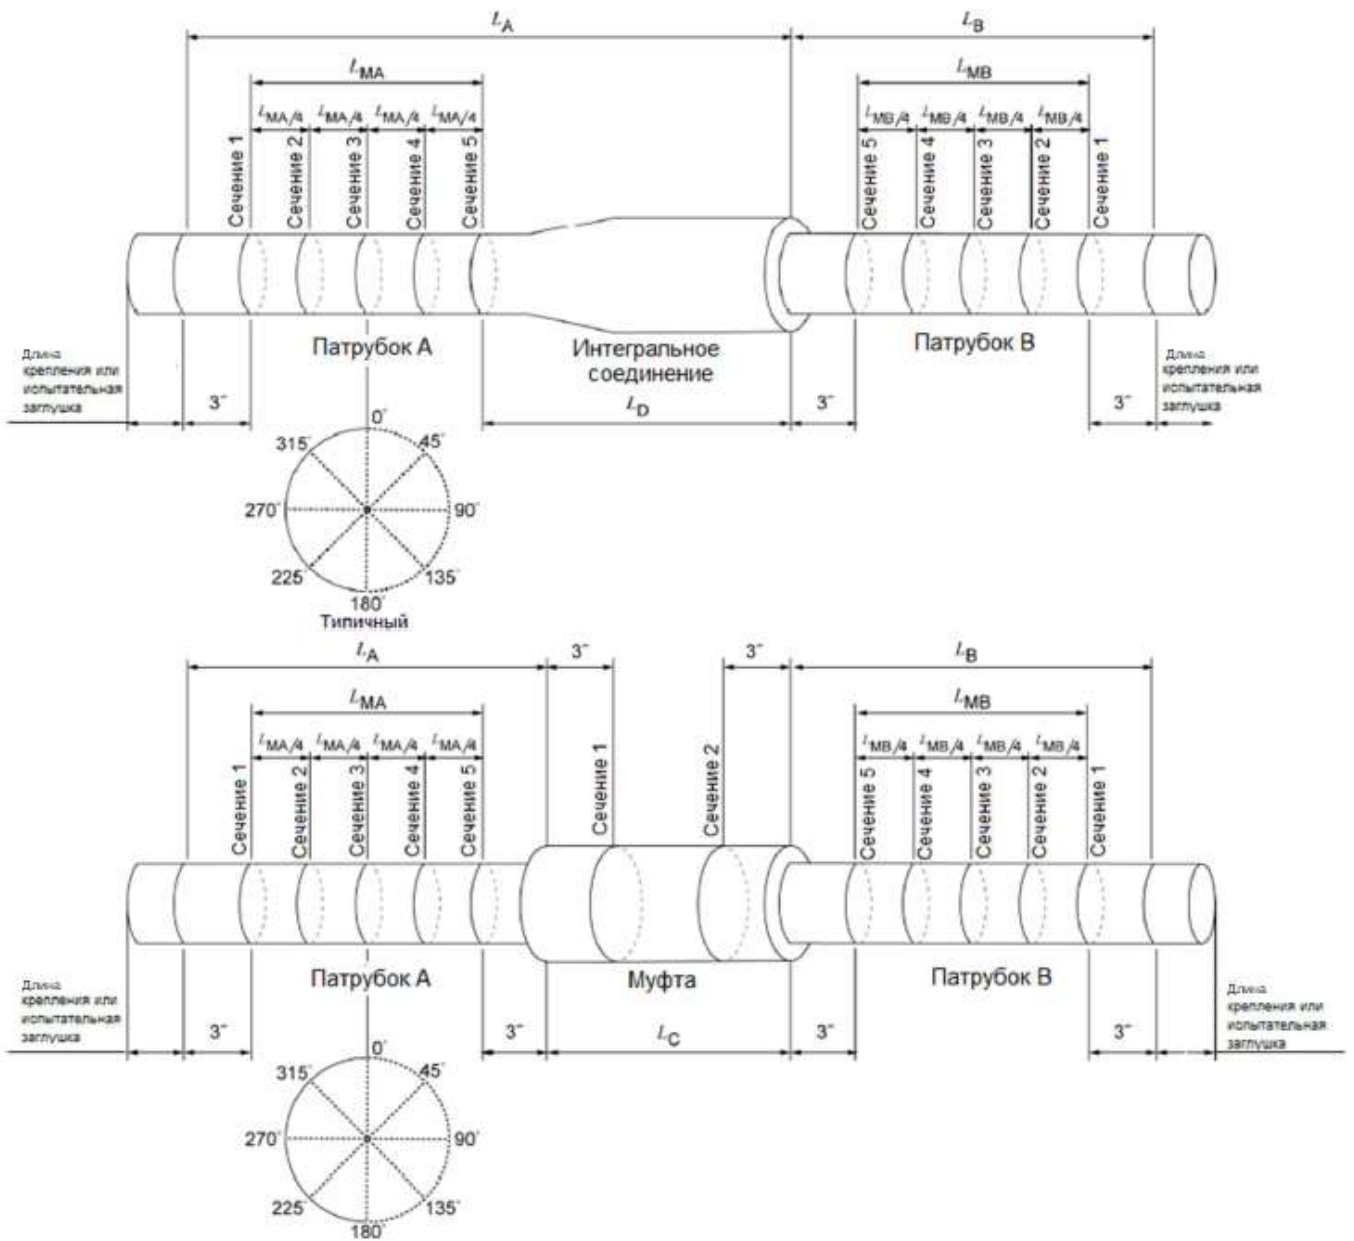


Рисунок В.2 – Схема расположения для определения размеров испытательных образцов

Размер		Группа прочности		Проект №		Дата	
Масса		Резьбовое соединение		Местоположение		Специалист	
Заданная толщина стенки		Образец №		UT		Наблюдатель	



		Патрубок А						Муфта						Патрубок В					
1																			
2																			
3																			
4		Спец. №	Температура	API AMIS	0,2 % предел текучести	Предел прочности	Модуль Юнга	Спец. №	Температура	API AMIS	0,2 % предел текучести	Предел прочности	Модуль Юнга	Спец. №	Темп.	API AMIS	0,2 % предел текучести	Предел прочности	Модуль Юнга
Результаты испытаний																			
5	Квадрант 1	Плоский 1																	
6		Плоский 2																	
7	Квадрант 2	Цилиндрический 1																	
8		Цилиндрический 2																	
9	Квадрант 3	Плоский 1																	
10		Плоский 2																	
11	Квадрант 4	Цилиндрический 1																	
12		Цилиндрический 2																	
13	Квадрант 1	Плоский 1																	
14		Плоский 2																	
15	Квадрант 2	Цилиндрический 1																	
16		Цилиндрический 2																	
17	Квадрант 3	Плоский 1																	
18		Плоский 2																	
19	Квадрант 4	Цилиндрический 1																	
20		Цилиндрический 2																	

Рисунок В.3 – Информационный лист свойств материала

Размер	
Масса	
Группа прочности	
Изготовитель соединения	
Наименование соединения	
Отделка ниппельного конца	
Отделка раструбного конца	

Образец (ы) №				
Резьб. смазка:				
Тип Изг. Партия				
Диапазон крутящ. моментов	Минимум		Максимум	
Резьбовая смазка: ниппель				
Резьбовая смазка: муфта				

Дата	
Проект №	
Специалист	
Наблюдатель	
Место	
Ключ вертик. или горизонт.	

Образец	Ниппельный элемент №	Муфтовый элемент №	Свинчивание №	Количество смазки (грамм)		Проектный крутящий момент	Запечик		Полное свинчивание		Скорость свинчивания, об/мин	Момент развинчивания	Замечания по ремонту и заеданию
				Ниппель	муфта		Крутящий момент	Число оборотов	Крутящий момент	Число обор.			
Номер	Конец: A/B												
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Рисунок В.4 – Журнал по свинчиванию-развинчиванию

ГОСТ ISO 13679 – 20

(Проект, окончательная редакция)

Размер

Масса

Заданная толщина стенки

Группа прочности

Резьбовое соединение

Образец №

Проект №

Место

УЗ-прибор

Дата

Специалист

Наблюдатель

Место	Патрубок А					Патрубок А					Муфта		Замечания	
	Сечение 1	Сечение 2	Сечение 3	Сечение 4	Сечение 5	Сечение 5	Сечение 4	Сечение 3	Сечение 2	Сечение 1	Сечение А	Сечение В		
1	Длина от плоскости торца													
Измерения наружного диаметра														
2	0° - 180°													
3	45° - 225°													
4	90° - 270°													
5	135° - 315°													
6	Мин.													
7	Макс.													
8	Среднее													
Измерения толщины стенки														
9	0°													
10	45°													
11	90°													
12	135°													
13	180°													
14	225°													
15	270°													
16	315°													
17	Мин.													
18	Макс.													
19	Среднее													
Средний внутренний диаметр														
20														
См. рисунок В.2														
21	Патрубок А – L_A	Патрубок В – L_B	Муфта – L_C	Интегральное соединение – L_D	Измерение – L_{ma}	Измерение – L_{mb}	D_{ave}	t_{min}	$t_{c\ ave}$					

Рисунок В.5 – Форма геометрических параметров испытательного образца трубы

Изготовитель соединения	
Соединение	
Размер	
Масса	
Заданная толщина стенки	
Группа прочности	

Образец №	
Номер муфты (муфтового конца)	
Номер ниппеля А	
Номер ниппеля В	

Чертеж №	
Статус изменения чертежа	
Дата изменения	

	Конец А (в состоянии мех. обработки ^{а)})		Конец В (в состоянии мех. обработки ^{а)})	
	Внутренний	Наружный	Внутренний	Наружный
Диаметр уплотнения металл-металл ниппеля				
Диаметр уплотнения металл-металл муфты				
Натяг уплотнения металл-металл				
Диаметр канавки кольца				
Ширина канавки кольца				
Местоположение канавки кольца				
Натяг калибра-пробки диаметр резьбы				
Натяг калибра-кольца диаметр резьбы				
Натяг резьбы (зазор)				
Конусность ниппельного элемента				
Конусность муфтового элемента				
Отклонение шага резьбы ниппельного элемента				
Отклонение шага резьбы муфтового элемента				
Овальность уплотнения металл-металл ниппеля				
Овальность уплотнения металл-металл муфты				

^{а)} Перед нанесением гальванического, лакокрасочного покрытия или любой другой обработки поверхности.

Специалист	
Наблюдатель	

Дата	
Дата	

Рисунок В.6 – Информационный лист геометрических параметров резьбового соединения

Размер		Образец №		Дата	
Масса		Протокол испытаний		Проект №	
Группа прочности		Место/нагрузочное устройство		Специалист	
Соединение		Датчик(и)		Наблюдатель	

Среда для создания давления		Скорость нагнетания давления		Скорость осевой нагрузки	
-----------------------------	--	------------------------------	--	--------------------------	--

	Время	Нагрузка на машину	Давление	Выявление утечек		Примечание
				А	В	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Применяемая разрушающая нагрузка:	Разрушающая нагрузка:																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Давление</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Нагрузка от нагрузочного устройства</td> </tr> <tr> <td>Давление при утечке</td> <td></td> <td>Нагрузка машины</td> </tr> <tr> <td>Давление при разрушении</td> <td></td> <td>Нагрузка машины</td> </tr> <tr> <td>Максимальные параметры испытания</td> <td></td> <td>Нагрузка машины</td> </tr> </table>		Давление	Нагрузка от нагрузочного устройства	Давление при утечке		Нагрузка машины	Давление при разрушении		Нагрузка машины	Максимальные параметры испытания		Нагрузка машины	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 66%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Нагрузка от нагрузочного устройства + CEP</td> </tr> <tr> <td>Общая нагрузка</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Общая нагрузка</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Общая нагрузка</td> <td></td> </tr> </table>		Нагрузка от нагрузочного устройства + CEP	Общая нагрузка		Общая нагрузка		Общая нагрузка	
	Давление	Нагрузка от нагрузочного устройства																			
Давление при утечке		Нагрузка машины																			
Давление при разрушении		Нагрузка машины																			
Максимальные параметры испытания		Нагрузка машины																			
	Нагрузка от нагрузочного устройства + CEP																				
Общая нагрузка																					
Общая нагрузка																					
Общая нагрузка																					

Окончательная длина: L_A	Окончательная длина: L_B	Окончательная длина: L_C
----------------------------	----------------------------	----------------------------

Описание и место разрушения	
Замечания	

Рисунок В.7 – Журнал испытаний – Разрушающая/предельная нагрузка

Размер	
Масса	
Группа прочности	
Соединение	

Образец №	
Протокол испытаний	
Место/нагрузочное устройство	
Датчик(и)	

Дата	
Проект №	
Специалист	
Наблюдатель	

	Время	Этап нагрузки	Точка нагрузки	Нагрузка от нагрузочного устройства	Изгиб	Давление	Температура	Выявление утечек				Примечания
								сс А	Δ сс А	сс В	Δ сс В	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Рисунок В.8 – Журнал испытаний резьбовых соединений на герметичность (выявление утечек под внутренним давлением)

ГОСТ ISO 13679 – 20
(Проект, окончательная редакция)

Стр. _____ из _____

Размер	
Масса	
Группа прочности	
Соединение	

Образец №	
Протокол испытаний	
Место/нагрузочное устройство	
Датчик(и)	

Дата	
Проект №	
Специалист	
Наблюдатель	

Время	Этап нагрузки	Точка нагрузки	Нагрузка от нагрузочного устройства	Изгиб	Давление		Температура	Выявление утечки		Примечания
					Внутреннее	Наружное		сс	дсс	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Рисунок В.9 – Журнал испытаний резьбовых соединений на герметичность
(с применением камеры наружного давления для выявления утечек)

Приложение С (обязательное)

Полный протокол испытаний резьбового соединения

С.1 Общие положения

В настоящем приложении приведены указания по оформлению полного протокола испытаний резьбового соединения, выполненных в соответствии с настоящим стандартом. В протокол должна войти необходимая информация для заполнения документов по испытываемому резьбовому соединению, процедурам изготовления и сборки, результатам испытаний резьбовых соединений в сборке, выполняемом TLE и испытаниях под предельными нагрузками. Предоставляемая информация должна быть достаточной для полной характеристики испытываемого резьбового соединения и подтверждения того, что резьбовое соединение обладает необходимой работоспособностью, и достаточной информацией о любых ограничениях.

В полном протоколе должны быть указаны отклонения от установленных процедур (при наличии), но не должна дублироваться информация о процедурах испытаний, приведенных в настоящем стандарте. Протокол также должен включать значимые события, не являющиеся отклонениями, но которые полезно включить в протокол, например, утечки в оборудовании, увеличение времени выдержки, переключение с камеры наружного давления на места утечки для TS-A при температуре окружающей среды и т.п. Также в полный протокол могут быть включены проведенные дополнительные испытания, которые не требуются для заданного уровня применения, но необходимо указать, что они являются дополнительными по сравнению с требованиями настоящего стандарта.

Полный протокол испытаний должен содержать, как минимум, информацию, указанную в С.2.1.

Структура протокола содержит 10 разделов (каталогов в электронном виде), при этом папке 1 соответствует раздел «Краткий отчет». Каждый каталог или подкаталог содержит данные в электронном виде, полученные во время испытаний, и отсканированные журналы, составленные вручную (при наличии). После завершения испытания, протокол отправляют в электронном виде с каталогами или в бумажном виде в соответствии с указанной структурой. Для разделения данных по каждому испытательному образцу каждый раздел может быть разбит на подкаталоги. Имена файлов должны быть уникальными для каждого набора данных и должны отражать номер испытательного образца и протокол испытания. Идентификационный номер каждого раздела приведен в

В каждом наборе данных в электронном виде или в формате журнала, составленного вручную, в заголовке первой строки необходимо указать размер, массу, группу прочности, резьбовое соединение, номер испытательного образца и уникальный идентификационный номер (например номер проекта или номер заказа на поставку). Каждый ввод данных или запись в журнале должны содержать указание даты и времени. Электронные файлы, формы и журналы должны содержать информацию о лицах, ведущих или контролирующих запись данных.

Формы данных, приведенные в приложении В, являются обязательными, но поскольку они не всегда имеются в цифровом варианте, допускается применение их эквивалента в электронном виде.

Структура протокола состоит из 10 разделов, как показано в таблице С.1.

Т а б л и ц а С.1 – Структура протокола

Наименование	Раздел
Краткий отчет	С.2.1
Технические характеристики резьбового соединения	С.2.2
Технические характеристики и механические свойства материала	С.2.3
Геометрические данные материала	С.2.4
Геометрические данные испытательного образца	С.2.5
Данные о свинчивании и развинчивании испытательного образца	С.2.6
Области и графики нагрузок испытательного образца	С.2.7
Данные испытаний на герметичность и предельную нагрузку испытательного образца	С.2.8
Документация по испытательному оборудованию	С.2.9
Приложения	С.2.10

С.2 Разделы протокола

С.2.1 Краткий отчет

Раздел включает, как минимум, следующую информацию:

- a) идентификационные данные резьбового соединения (наименование резьбового соединения);
- b) идентификационные данные труб (размер, масса, группа прочности);
- c) ссылку на настоящий стандарт;
- d) классификацию испытаний по CAL;
- e) количество испытательных образцов;
- f) температуру испытаний;
- g) даты испытаний и испытательное оборудование;
- h) идентификационные данные персонала, проводившего испытания;

- i) уведомление о третьей стороне, контролирующей испытания;
- j) сводную таблицу испытаний с указанием испытательных образцов, проведенных испытаний и результатов базовых испытаний;
- k) результаты проведенных испытаний;
- l) дополнительные испытания, выполняемые в рамках программы испытаний;
- m) запланированные отклонения/отхождения от настоящего стандарта;
- n) незапланированные отклонения/отхождения от настоящего стандарта.

C.2.2 Технические характеристики резьбового соединения

Раздел включает, как минимум, следующую информацию:

- a) идентификацию резьбового соединения (см. A.1.2 и таблицу A.1);
- b) геометрические параметры резьбового соединения (см. A.1.3 и таблицу A.1);
- c) чертеж резьбового соединения (см. A.1.4 и таблицу A.1);
- d) информационный лист резьбового соединения, содержащий информацию о минимальных эксплуатационных характеристиках резьбового соединения, его геометрических параметрах (наружном диаметре, внутреннем диаметре, проходном диаметре, потерях при свинчивании, наружном диаметре муфты, длине муфты), рекомендуемый крутящий момент и другие данные, необходимые для общего использования резьбового соединения (см. A.1.5 и таблицу A.1);
- e) технические требования к характеристикам изготовления резьбовых соединений, включающие план контроля технологического процесса, номера чертежей продукции, требования к инструментам, процедуры контроля, методики калибровки калибров, прочие производственные процессы, требования к обработке поверхности, лакокрасочным и гальваническим покрытиям, упаковке, защите резьбы, а также защите от коррозии (см. A.1.6 и таблицу A.1);
- f) процедуры сборки и ремонта резьбовых соединений в полевых/заводских, включающие применяемые процедуры по защите, погрузочно-разгрузочных операциям, сборке муфт/вспомогательных соединений в заводских условиях, эксплуатации и ремонту соединений в полевых условиях. условиях (см. A.1.7 и таблицу A.1);
- g) процедуры свинчивания-развинчивания испытательного образца, включающие требования к резьбовой смазке, к крутящему моменту, и к скорости свинчивания для каждого испытательного образца (см. A.1.8 и таблицу A.1);
- h) номер документа с эталонными характеристиками испытательного образца тела трубы (см. A.2.2 и таблицу A.2);
- i) номер документа с областью оценки резьбового соединения испытательного образца (см. A.2.3 и таблицу A.2);

j) номер документа с областью испытательных нагрузок испытательных образцов (см. А.2.4 и таблицу А.2);

k) номер документа с графиками нагрузок на испытательный образец (см. А.2.5 и таблицу А.2);

l) номер документа с предельными нагрузками для испытательных образцов (см. А.2.6 и таблицу А.2).

С.2.3 Технические характеристики и механические свойства материала

Раздел включает, как минимум, следующую информацию:

a) технические характеристики труб и трубных заготовок для муфт, требуемые для резьбовых соединений;

b) схему отбора испытательных образцов и образцов материала для испытаний (исходных заготовок и трубных заготовок для муфт) – см. рисунок В.1. Следует обеспечить прослеживаемость каждого испытательного образца патрубка и МТ до исходной заготовки, включая положение в пределах исходной заготовки;

c) результаты испытаний на определение механических свойств, включая копии протоколов испытаний материала (МТR) и протокол испытаний механических свойств МТ, а также информационный лист свойств материала для каждого испытательного образца (см. рисунок В.3).

С.2.4 Геометрические данные материала трубы и трубной заготовки для муфт (измерение наружного диаметра и толщины стенки)

Раздел включает результаты измерений минимальной толщины стенки, минимальной средней толщины стенки, наружного диаметра каждого испытательного образца патрубка, наружного диаметра каждого испытательного образца муфт. Для каждого испытательного образца включают информационные листы геометрических параметров трубы (см. рисунок В.5).

С.2.5 Геометрические данные испытательного образца (обработка внутренней/наружной поверхности, после первого свинчивания, после окончательного свинчивания)

Включает информационный лист геометрических параметров резьбовых соединений, предоставленный изготовителем, с указанием расчетов натяга каждого испытательного образца (см. рисунок В.6).

С.2.6 Данные о свинчивании и развинчивании испытательного образца

Раздел включает следующие данные о свинчивании и развинчивании:

a) информационные листы свинчивания и развинчивания (см. рисунок В.4).

В протоколе указывают как минимум следующие данные: скорость свинчивания,

контрольный крутящий момент, момент свинчивания до смыкания упорных элементов, общий крутящий момент, число оборотов свинчивания до смыкания упорных элементов и число оборотов до полного свинчивания, диапазон крутящего момента развинчивания, вес резьбовой смазки (нипельный и (или) раструбный конец), дату, персонал, используемое оборудование, фотографии;

b) графики зависимости крутящего момента от числа оборотов.

Графики зависимости крутящего момента от числа оборотов при свинчивании и развинчивании резьбового соединения должны быть представлены в электронном виде. Допускаются сканированные изображения графиков свинчивания;

c) данные тензометров должны быть представлены в электронном виде. По запросу заказчика могут быть представлены данные в виде графиков;

d) отклонения или ремонт в полевых условиях.

Должны быть внесены данные, в каких испытаниях наблюдалось заедание, описание проведенного ремонта для устранения заедания, описание причин заедания и рекомендации по предотвращению заедания в дальнейшем. Приводят графики зависимости крутящего момента от числа оборотов и необходимые фотографии. Также указывают, был ли превышен крутящий момент резьбовых соединений и возникшие при этом проблемы;

e) фотографии свинчивания и развинчивания;

f) диаметр оправки, длину и прохождение/непрохождение. В случае непрохождения указывают, с какой стороны и в каком направлении получен этот результат.

C.2.7 Области и графики нагрузок испытательного образца

Раздел включает следующие области и графики нагрузок испытательного образца:

a) эталонные характеристики тела трубы – включая график эталонных характеристик тела трубы каждого испытательного образца;

b) CEE – включая график CEE для каждого испытательного образца и точки CEE, приведенные в таблице 7 на графике CEE;

c) TLE – включая график TLE для каждого испытательного образца и точки TLE, приведенные в таблице 7 на графике TLE;

d) графики нагрузок – включая графики нагрузок TS-A каждого испытательного образца, графики нагрузок TS-B каждого испытательного образца, и графики нагрузок TS-C каждого испытательного образца;

e) испытания при предельных нагрузках – включая процедуры испытаний при предельных нагрузках для каждого испытательного образца.

С.2.8 Данные испытаний на герметичность и предельную нагрузку испытательного образца

Раздел включает данные испытаний на герметичность и предельную нагрузку отдельно по каждому испытательному образцу:

- a) данные нагрева – включая графики времени и температуры для каждого испытательного образца;
- b) фотографии настроек для каждого испытания каждого испытательного образца;
- c) журнал испытаний TS-A – включая журнал испытаний на утечку каждого испытательного образца по форме, представленной на рисунке В.8 или рисунке В.9, а также протокол настройки системы выявления утечек;
- d) журналы испытаний TS-B и TS-C – включая журнал испытаний на утечку каждого испытательного образца по форме, представленной на рисунке В.8, а также протокол настройки системы выявления утечек;
- e) графики данных испытаний – включая временные графики для регистрации приложенных нагрузок (давления, осевой нагрузки, изгиба и температуры), отмечая на них незапланированные события. Они могут быть представлены на одной или нескольких схемах для каждой серии испытаний. Приводят графики в координатах х-у для регистрации приложенных нагрузок (давления, осевой нагрузки, изгиба и температуры), отмечая на них незапланированные события. На график эталонных характеристик тела трубы каждого испытательного образца наносят точки нагрузки, в которых были проведены испытания;
- f) графики данных испытаний при предельных нагрузках.

На график эталонных характеристик тела трубы каждого испытательного образца наносят точки нагрузки, в которых произошло разрушение (или было завершено испытание). По каждому образцу включают наблюдения, сделанные во время испытания при предельной нагрузке, и фотографии образцов до и после испытания. Приводят рисунок В.7 и сводную диаграмму осевая нагрузка-давление с указанием конечных точек предельной нагрузки, объемов вытеснения при воздействии предельной нагрузки, точек нагрузки, в которых произошло разрушение конструкции и (или) было завершено испытание, с примечаниями относительно незапланированных событий;

- g) выявление утечек гелия. Включают в отчет по результатам испытаний для каждого образца.

С.2.9 Документация по испытательному оборудованию

Раздел включает следующую информацию:

- a) подготовку образца – при подготовке испытательного образца для испытания необходимо описать схему установки или конфигурацию, а именно:

- 1) метод с применением торцевых заглушек (сварных, резьбовых);
- 2) описание нагрузочного устройства;
- 3) метод изгиба;
- 4) описание системы нагрева и охлаждения;
- 5) метод приложения внутреннего давления (при температуре окружающей среды и при повышенной температуре);
- 6) метод приложения наружного давления (при температуре окружающей среды и при повышенной температуре);
- 7) метод выявления утечек;
- 8) контрольно-измерительные приборы (датчики для измерения осевых нагрузок, давления, температуры, тензометры);

b) испытательное оборудование – для испытаний образца необходимо документировать следующее:

- 1) описание или фотографии оборудования;
- 2) сертификат калибровки контрольно-измерительных приборов – включая калибровку испытательного оборудования (устройства для измерения нагрузки, датчики давления).

С.2.10 Приложения

Для описания дополнительных испытаний или указания информации о выполненных испытаниях, не обозначенных выше, особых требований, не предусмотренных настоящим стандартом, и прочих данных, не отнесенных к какому-либо из указанных выше разделов протокола, используют приложения.

Приложение D (справочное)

Расчеты эталонных характеристик тела трубы и примеры графиков нагрузки для каждой серии испытаний

D.1 Общие положения

Примеры в настоящем приложении приведены в информативных целях. Они не должны считаться исключительными или исчерпывающими. Настоящий стандарт не дает никаких гарантий от ошибок или упущений, явных или подразумеваемых для расчетов в настоящем приложении.

Для проведения испытания по настоящему стандарту необходимо создать эталонные характеристики тела трубы вместе с СЕЕ, испытательными нагрузками и графиками нагрузок для каждого испытательного образца. В качестве примера в D.2 – D.6 приведено подробное описание испытательного образца наружным диаметром 244,48 мм, толщиной стенки 13,84 мм, группы прочности Р 110 для испытания CAL IV. В этом примере предполагается, что испытательные нагрузки основаны исключительно на контрольных эталонных характеристиках тела трубы, например, СЕЕ резьбового соединения идентична предельным значениям эталонных характеристик тела трубы.

Заданные исходные данные, необходимые для расчетов, выделены **жирным шрифтом**. Значения таких исходных данных приведены (без округления). Также приведены некоторые промежуточные расчеты, но их результаты могут быть округлены до отображаемого количества цифр и выделены обычным шрифтом. Для точного воспроизведения рассчитанных результатов для определения соответствующих точек СЕЕ и точек нагрузки TLE следует использовать исходные данные, выделенные жирным шрифтом, а не округленные значения промежуточных расчетов.

В D.7 приведены нестандартные примеры потенциальных ограничений относительно эталонных характеристик испытательного образца тела трубы. Эти примеры типичны для резьбовых соединений с эффективностью соединений менее 100 % тела трубы.


D.2 Определение характеристик испытательного образца

D.2.1 Общие положения

Как показано на рисунке D.1, для определения исходных данных эталонных характеристик тела трубы требуются конкретные измерения испытательного образца тела трубы и результаты испытаний материалов.

D.2.2 Схема отбора заготовок

МТ отбирают рядом с патрубками А и В от каждого испытательного образца. В соответствии с приложением С существуют два возможных варианта. В данном примере выбран вариант 2 на рисунке В.1. В результате, МТ1 представляет собой образец материала, прилегающий к патрубку 1А, а МТ2 представляет собой образец материала, прилегающий к патрубку 1В (см. рисунок D.1).

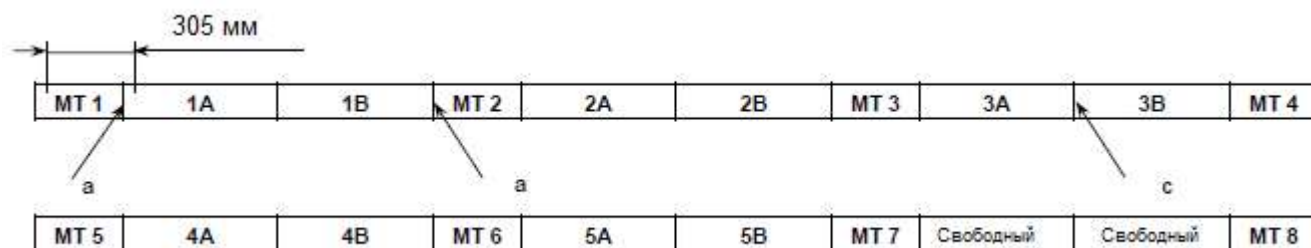

b) схема отбора исходной заготовки – вариант 2

Рисунок D.1 – Схема отбора исходной заготовки (из приложения В)

D.2.3 Испытания материала

Для определения предела текучести материала при температуре окружающей среды (AMYS) и оценки коэффициента при повышенной температуре (K_{temp}) при 195 °С, используемых в расчетах эталонных характеристик тела трубы испытательного образца, требуется провести следующие испытания материала в соответствии с 5.5, как показано на рисунке D.2.

MT3

- Четыре испытания на растяжение в продольном направлении при температуре окружающей среды на полноразмерных плоских образцах, вырезанных из стенки (предпочтительно).

MT4

- Четыре испытания на растяжение в продольном направлении при температуре окружающей среды на полноразмерных плоских образцах, вырезанных из стенки (предпочтительно).

Соединение 2

MT5

- Четыре испытания на растяжение в продольном направлении при температуре окружающей среды на полноразмерных плоских образцах, вырезанных из стенки (предпочтительно).

MT6

- Четыре испытания на растяжение в продольном направлении при температуре окружающей среды на полноразмерных плоских образцах, вырезанных из стенки (предпочтительно).

- Четыре испытания на растяжение в продольном направлении при температуре окружающей среды на цилиндрических образцах ASTM A370 (требуется для K_{temp}).

- Четыре испытания на растяжение в продольном направлении при повышенной температуре на цилиндрических образцах ASTM E21 при температуре 195 °C с предельным отклонением минус 41 °C (требуется для K_{195}).

MT7

- Четыре испытания на растяжение в продольном направлении при температуре окружающей среды на полноразмерных плоских образцах, вырезанных из стенки (предпочтительно).

MT8

- Четыре испытания на растяжение в продольном направлении при температуре окружающей среды на полноразмерных плоских образцах, вырезанных из стенки (предпочтительно).

Если предполагается, что группа прочности материала является анизотропной, то для MT3 и MT7 потребуются следующие испытания материалов:

- Четыре испытания на растяжение в продольном направлении при температуре окружающей среды на цилиндрических образцах ASTM A370;

- Четыре испытания на растяжение в поперечном направлении при температуре

- Четыре испытания на сжатие при температуре окружающей среды на образцах ASTM E9 .

D.2.4 Выбор результатов МТ

Для определения эталонных характеристик тела трубы для каждого испытательного образца требуется минимальный измеренный предел текучести по результатам испытаний на растяжение полноразмерных плоских образцов из стенки при температуре окружающей среды от МТ, непосредственно прилегающих к каждому патрубку. Кроме того, требуются средние измеренные пределы текучести по результатам четырех испытаний на растяжение цилиндрических образцов при повышенной температуре и при температуре окружающей среды от выбранного МТ для каждого патрубка. В таблице D.1 обобщены результаты испытаний МТ, необходимые для определения эталонных характеристик тела трубы для испытательного образца 1.

Т а б л и ц а D.1 – Пример результатов испытаний МТ от патрубка 1

Образец	Предел текучести, МПа					
	МТ1	МТ2			МТ3	МТ4
Температура	21,1 °С	21,1 °С	21,1 °С	195 °С	21 °С	21 °С
Геометрический параметр	Плоский образец	Плоский образец	Половинный цилиндрический образец	Половинный цилиндрический образец	Плоский образец	Плоский образец
0°	882,5	912,2	861,9	763,9	897,7	906,7
90°	861,9	886,7	846,7	750,8	886,7	887,4
180°	870,8	899,8	853,6	756,4	878,4	891,5
270°	906,7	881,2	885,3	784,6	894,9	902,5
Среднее	880,5	894,9	861,9	763,9	889,4	897,0

Поскольку предпочтительны испытания материала на полноразмерных плоских образцах из стенки, то за AMYS образца 1 будет взят предел текучести МТ1 в точке 90° (**861,9 МПа**) (плоский образец с наименьшей толщиной стенки, прилегающий к одному из патрубков от образца 1). За AMYS образца 2 и образца 3 будет взят предел текучести МТ3 в точке 180° (**878,4 МПа**).

Материал цилиндрического образца в точке 90° от МТ2 показал наименьший предел текучести (846,7 МПа); однако этот результат намеренно не учитывался при определении AMYS образца 1 и образца 2 при температуре окружающей среды, поскольку предпочтительны испытания с использованием полноразмерных плоских образцов.

Исходя из среднего предела текучести цилиндрического образца при температуре окружающей среды и при повышенной температуре от МТ2,

$$K_{\text{temp}} = 763,9 \text{ МПа} / 861,9 \text{ МПа} = 88,64 \%$$

Для образцов 1, 2 и 3 (все образцы от исходной заготовки) будет применен данный коэффициент масштабирования для поправки на повышенную температуру.

D.2.5 Измерения размеров

Для определения эталонных характеристик тела трубы испытательного образца требуются измерения фактических наружных диаметров и толщина стенок патрубков. Точки измерений приведены в приложении С (см. рисунок D.3). В расчетах используются максимальный средний наружный диаметр, минимальная средняя толщина стенки и минимальная толщина стенки. В таблицах D.2 и D.3 приведены результаты измерений размеров патрубков А и В, используемых в примере.

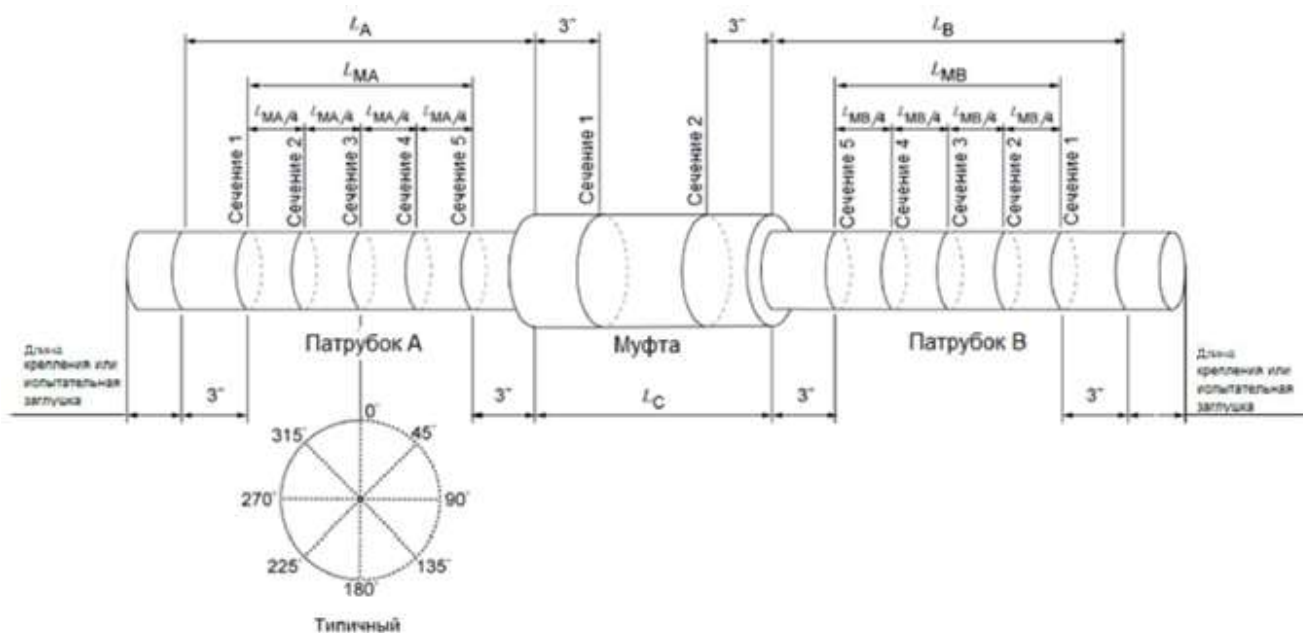


Рисунок D.3 – Места измерений

Т а б л и ц а D.2 – Результаты измерений патрубка А

В миллиметрах

Измерение	Плоскость 1	Плоскость 2	Плоскость 3	Плоскость 4	Плоскость 5
Наружный диаметр 0° – 180°	246,05	246,13	245,80	245,95	245,54
Наружный диаметр 45° – 225°	246,51	245,90	246,18	246,38	246,10
Наружный диаметр 90° – 270°	246,56	245,24	246,13	246,38	246,25
Наружный диаметр 135° – 315°	246,10	245,49	245,77	245,97	245,69
D_{avg}	246,30	245,69	245,97	246,18	245,90
$t_{0^\circ} = t_{min}$	13,51	13,21	13,34	13,46	13,39
t_{45°	13,97	13,26	13,41	13,54	13,49
t_{90°	14,40	13,28	13,49	13,61	13,59
t_{135°	14,12	13,79	13,87	13,92	13,84
t_{180°	13,84	14,30	14,25	14,20	14,10
t_{225°	13,72	14,20	14,22	14,25	14,27
t_{270°	13,59	14,07	14,20	14,27	14,43
t_{315°	13,56	13,64	13,77	13,87	13,92
t_{avg}	13,84	13,72	13,82	13,89	13,87

В миллиметрах

Измерение	Плоскость 1	Плоскость 2	Плоскость 3	Плоскость 4	Плоскость 5
Наружный диаметр 0° – 180°	245,67	245,44	246,38	244,55	244,78
Наружный диаметр 45° – 225°	246,05	245,41	245,95	245,82	245,67
Наружный диаметр 90° – 270°	246,00	244,98	245,11	246,68	246,13
Наружный диаметр 135° – 315°	245,64	245,01	245,54	245,41	245,26
D_{avg}	245,85	245,21	245,75	245,62	245,47
$t_{0^\circ} = t_{min}$	13,79	13,72	12,88	12,88	13,72
t_{45°	13,89	13,74	13,56	13,61	14,00
t_{90°	13,97	13,77	14,22	14,35	14,27
t_{135°	13,92	14,02	14,10	14,33	14,40
t_{180°	13,87	14,25	13,97	14,27	14,50
t_{225°	14,10	14,35	14,17	14,07	14,12
t_{270°	14,30	14,45	14,35	13,84	13,74
t_{315°	14,05	14,10	13,61	13,36	13,74
t_{avg}	14,00	14,05	13,87	13,84	14,07

Плоскость t_{0° определяется отдельно для каждой плоскости измерения. Следовательно, ориентация 0° может не совпадать по окружности патрубка или по ширине образца. В результате при контроле изгиба тела трубы с помощью тензометров могут потребоваться дополнительные измерения наружного диаметра и толщины стенки, поскольку тензометры могут не совпадать с имеющимися измерениями наружного диаметра и толщины стенки.

Основываясь на результатах измерений, приведенных в таблицах D.2 и D.3, заданные исходные данные для эталонных характеристик тела трубы испытательного образца на основе фактических измерений, следующие:

- максимальный средний наружный диаметр = **246,30 мм** (патрубок А, плоскость 1);
- минимальная средняя толщина стенки = **13,72 мм** (патрубок А, плоскость 2);
- минимальная толщина стенки = **12,88 мм** (патрубок В, плоскости 3 и 4).

D.3 Эталонные границы тела трубы испытательного образца при температуре окружающей среды

D.3.1 Общие положения

Как показано на рисунке 2, эталонные характеристики тела трубы должны быть рассчитаны на основе номинального и измеренных размеров тела трубы и предела текучести материала при температуре окружающей среды. В таблице D.4 приведены номинальные и измеренные размеры трубы, установленный и фактический пределы текучести материала и коэффициент масштабирования для трубы, стойкой к наружному давлению смятия для данного испытательного образца.

Т а б л и ц а D.4 – Пример параметров тела трубы, используемых для расчета эталонных характеристик при температуре окружающей среды


Номинальный наружный диаметр	Номинальная толщина стенки	SMYS	D_{avg}	t_{min}	t_{avg}	AMYS ^a	K_{hc}
<u>244,48</u> мм	<u>13,84</u> мм	<u>758,4</u> МПа	<u>246,30</u> мм	<u>12,88</u> мм	<u>13,72</u> мм	<u>861,9</u> МПа	<u>63,0</u> МПа

D.3.2 Кривая 1^a: Кривая номинального VME тела трубы при температуре окружающей среды

Кривая номинального VME тела трубы при температуре окружающей среды (кривая 1^a) должна представлять собой зависимость переменных p_i и p_o от F_a , см. ISO/TR 10400:2018 (раздел 6). Для любого осевого усилия F_a , для расчета внутреннего давления p_i должна использоваться формула (12) ISO/TR 10400:2018, так чтобы эквивалентное напряжение σ_e было равно SMYS без применения наружного давления. С любым осевым усилием F_a формула (12) ISO/TR 10400:2018 должна использоваться для вычисления наружного давления p_o таким образом, чтобы эквивалентное напряжение σ_e равнялось SMYS без применения внутреннего давления. В таблице D.5 приведены вводные параметры, которые должны использоваться при расчете кривой номинального VME для тела трубы (кривая 1^a). На рисунке D.4 приведено итоговое изображение кривой номинального VME тела трубы.

Т а б л и ц а D.5 – Вводные параметры трубы и описание параметров трубы для кривой 1^a номинального VME (см. ISO/TR 10400:2018, раздел 6)

Вводные параметры трубы	Описание параметров трубы
$\sigma_e = f_{ymn} = 758$ МПа	SMYS
$D = 244,48$ мм	Номинальный наружный диаметр
$t = 13,84$ мм	Номинальная толщина стенки
$t_{min} = 0,875 \times t = 12,12$ мм	Минимальная толщина стенки
$d_{wall} = D - 2t_{min} = 220,24$ мм	Максимальный внутренний диаметр
$d = D - 2t = 216,79$ мм	Номинальный внутренний диаметр
$A_p = \pi/4 (D^2 - d^2) = 10030$ мм ²	Номинальная площадь поперечного сечения

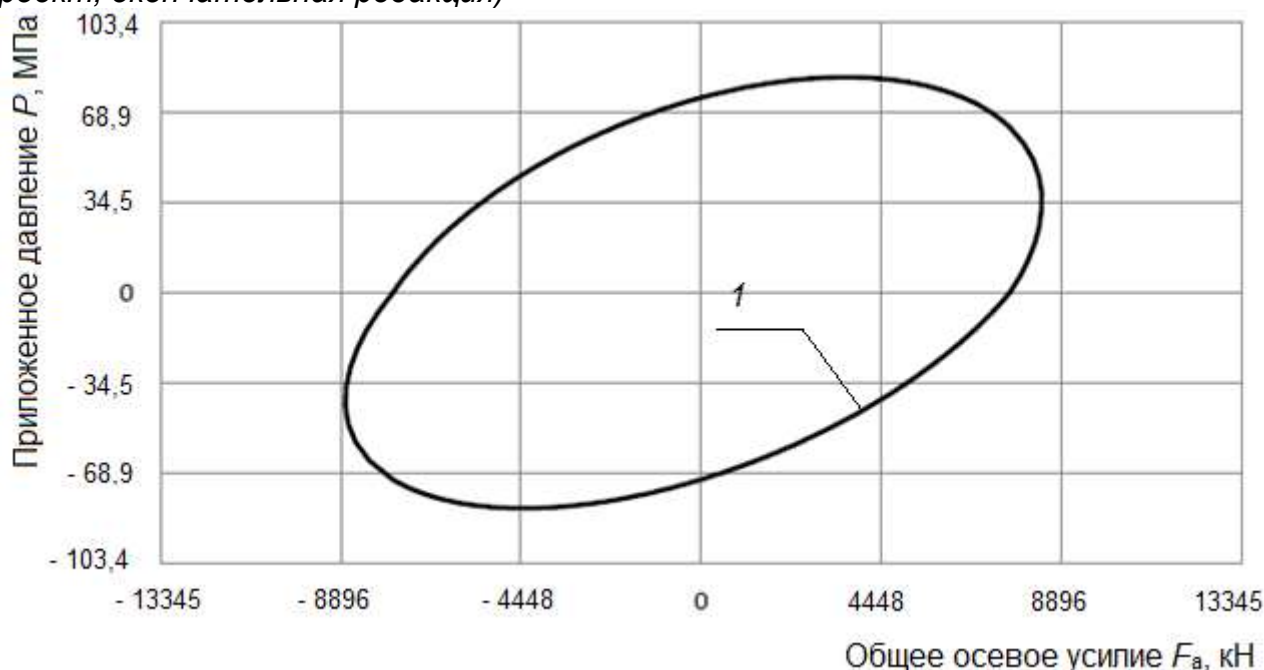

1 – кривая 1^а

Рисунок D.4 – Кривая 1^а номинального VME тела трубы при температуре окружающей среды

Формулы (3) – (5) и (12) приведены из ISO/TR 10400:2018 и могут быть в нем изменены. Перед применением указанные формулы должны быть сверены с действующей редакцией ISO/TR 10400:2018.

Если изгиб и кручение равны нулю, то эквивалентное напряжение определяется следующим образом:

$$\sigma_e = [\sigma_r^2 + \sigma_h^2 + \sigma_a^2 - \sigma_r\sigma_h - \sigma_r\sigma_a - \sigma_h\sigma_a]^{1/2}; \quad (12)$$

где σ_e – эквивалентное напряжение, МПа;

σ_r – радиальное напряжение, МПа;

σ_h – тангенциальное напряжение, МПа;

σ_a – составляющая осевого напряжения, не вызванная изгибом, МПа.

[ISO/TR 10400:2018]

При этом:

$$\sigma_r = [(p_i d_{wall}^2 - p_o D^2) - (p_i - p_o) d_{wall}^2 D^2 / (4r^2)] / (D^2 - d_{wall}^2); \quad (3)$$

$$\sigma_h = [(p_i d_{wall}^2 - p_o D^2) + (p_i - p_o) d_{wall}^2 D^2 / (4r^2)] / (D^2 - d_{wall}^2); \quad (4)$$

$$\sigma_a = F_a / A_p; \quad (5)$$

где p_i – внутреннее давление, МПа;

d_{wall} – внутренний диаметр трубы, рассчитанный с коэффициентом k_{wall} , равный $(D - 2k_{wall}t)$, мм;

p_o – наружное давление, МПа;

D – номинальный наружный диаметр трубы, мм;

r – радиальная координата, $d/2 \leq r \leq D/2$ для σ_a , σ_b и τ_{ha} , $d_{wall}/2 \leq r \leq D/2$ для σ_r и σ_{θ} ;

σ_{θ} – тангенциальное напряжение, МПа;

F_a – осевое усилие, Н;

A_p – площадь поперечного сечения трубы, равная $A_p = \pi/4 (D^2 - d^2)$, мм²;

t – номинальная толщина стенки трубы, мм;

d – внутренний диаметр трубы, равный $(D - 2t)$, мм.

[ISO/TR 10400:2018]


П р и м е ч а н и е – При цитировании в рамке сохранена нумерация структурных элементов и формул из ISO/TR 10400:2018.

D.3.3 Кривая 2^a: Кривая номинального давления смятия по API тела трубы при температуре окружающей среды

Кривая номинального давления смятия по API тела трубы при температуре окружающей среды (кривая 2^a) должна представлять собой зависимость переменной p_0 от F_a , см. ISO/TR 10400:2018 (раздел 8). При любом осевом усилии F_a номинальное давление смятия по API должно быть рассчитано с использованием формул для смятия тела трубы по ISO/TR 10400:2018 (раздел 8). В таблице D.6 приведены параметры, используемые для расчетов кривой 2^a номинального давления смятия по API. На рисунке D.5 приведено итоговое изображение кривой 2^a номинального давления смятия по API тела трубы.

Т а б л и ц а D.6 – Вводные параметры трубы и описание параметров трубы для кривой 2^a номинального давления смятия по API (см. ISO/TR 10400:2018, раздел 8)

Вводные параметры трубы	Описание параметров трубы
$\sigma_{ymn} = 758$ МПа	SMYS
$D = 244,48$ мм	Номинальный наружный диаметр
$t = 13,84$ мм	Номинальная толщина стенки
$d = D - 2t = 216,79$ мм	Номинальный внутренний диаметр
$A_p = \pi/4 (D^2 - d^2) = 10030$ мм ²	Номинальная площадь поперечного сечения
$\sigma_a = F_a/A_p$	Осевое напряжение

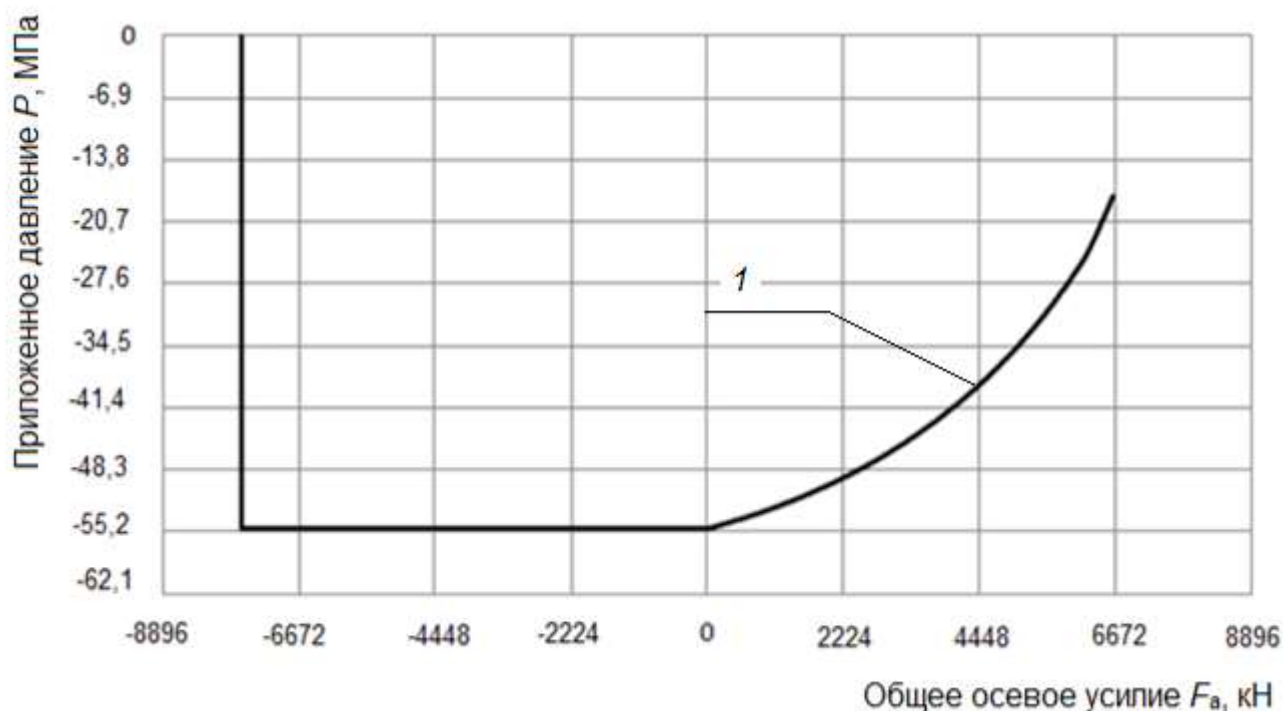

1 – кривая 2^a

Рисунок D.5 – Кривая 2^a номинального давления смятия по API тела трубы при температуре окружающей среды

Пункты с 8.4.2 до 8.4.6 и 8.5.3 приведены из ISO/TR 10400:2018 и могут быть в нем изменены. Перед применением указанные формулы должны быть сверены с действующей редакцией ISO/TR 10400:2018.

8.4.2 Формула давления смятия по пределу текучести

Давление смятия при достижении предела текучести не является истинным давлением смятия, а скорее наружным давлением, p_{Yp} , при котором напряжение на внутренней поверхности трубы достигает минимального предела текучести, f_{ymn} , как показано в Формуле (35):

$$p_{Yp} = 2 f_{ymn} [(D/t) - 1] / [(D/t)^2] \quad (35)$$

Формула (35) применима для расчета давления до достижения предела текучести для значений D/t вплоть до значения D/t , соответствующего пересечению с формулой (37) кривой пластического смятия. Пересечение рассчитывается по формуле (36) следующим образом:

$$(D/t)_{Yp} = \{ [(A_c - 2)^2 + 8(B_c + C_c/f_{ymn})]^{1/2} + (A_c - 2) \} / [2(B_c + C_c/f_{ymn})] \quad (36)$$

8.4.3 Формула давления пластического смятия

Минимальное давление смятия для интервала пластического смятия рассчитывается по формуле (37):

$$p_P = f_{ymn} [A_c / (D/t) - B_c] - C_c \quad (37)$$

Формула минимального давления пластического смятия применима для значений D/t в интервале от $(D/t)_{yp}$, формула (36) для давления смятия при достижении предела текучести, до пересечения с кривой по формуле (39) для давления переходного смятия $(D/t)_{pt}$. Значения для $(D/t)_{pt}$ рассчитываются с помощью формулы (38):

$$(D/t)_{pt} = [f_{y\text{mn}} (A_c - F_c)] / [C_c + f_{y\text{mn}} (B_c - G_c)] \quad (38)$$

8.4.4 Формула давления переходного смятия

Минимальное давление смятия в переходной зоне от пластического к упругому смятию p_T рассчитывается по формуле (39):

$$p_T = f_{y\text{mn}} [F_c / (D/t) - G_c] \quad (39)$$

Формула для p_T применима для значений D/t в интервале от $(D/t)_{pt}$, формула (38) для давления пластического смятия, до значения $(D/t)_{te}$, соответствующего пересечению с кривой, по формуле (41) для давления упругого смятия. Значения для $(D/t)_{te}$ рассчитываются по формуле (40):

$$(D/t)_{te} = [2 + B_c / A_c] / [3(B_c / A_c)] \quad (40)$$

8.4.5 Формула давления упругого смятия

Минимальное давление смятия для интервала упругого смятия рассчитывается по формуле (41):

$$p_E = 3,237 \times 10^5 / [(D/t) (D/t - 1)^2] \quad (41)$$

8.4.6 Давление смятия при действии осевого растягивающего напряжения

Стойкость смятию обсадных труб при наличии осевого напряжения рассчитывается путем изменения предела текучести на осевого напряжение эквивалентной группы прочности по формуле (42):

$$f_{y\text{ax}} = \{ [1 - 0,75(\sigma_a / f_{y\text{mn}})^2]^{1/2} - 0,5 \sigma_a / f_{y\text{mn}} \} f_{y\text{mn}} \quad (42)$$

8.5.2 Единицы SI

$$A_c = 2,8762 + 1,5489 \times 10^{-4} f_{y\text{mn}} + 4,4809 \times 10^{-7} f_{y\text{mn}}^2 - 1,6211 \times 10^{-10} f_{y\text{mn}}^3 \quad (43)$$

$$B_c = 0,026233 + 7,3402 \times 10^{-5} f_{y\text{mn}} \quad (44)$$

$$C_c = -3,2126 + 0,030867 f_{y\text{mn}} - 1,5204 \times 10^{-6} f_{y\text{mn}}^2 + 7,7810 \times 10^{-10} f_{y\text{mn}}^3 \quad (45)$$

$$F_c = 3,237 \times 10^5 [(3B_c / A_c) / (2 + B_c / A_c)]^3 \{ f_{y\text{mn}} [(3B_c / A_c) / (2 + B_c / A_c) - B_c / A_c] [1 - (3B_c / A_c) / (2 + B_c / A_c)]^2 \} \quad (46)$$

$$G_c = F_c B_c / A_c \quad (47)$$

[ISO/TR 10400:2018]

П р и м е ч а н и е – При цитировании в рамке сохранена нумерация структурных элементов и формул из ISO/TR 10400:2018.

В ISO/TR 10400:2018 не предусмотрено рекомендаций для эксплуатационных

характеристик тела трубы при комбинировании наружного давления (p_0) и сжатия (F_c). В соответствии с промышленным соглашением осуществляется поддержание класса постоянного однонаправленного давления смятия в течении QIII; поэтому, в комбинации с F_a , p_0 равняется p_c . Исходя из этого предположения, кривая давления смятия по API тела трубы в QIII может быть определена для комбинации F_a и p_0 таким образом, что для p_0 , равного p_c , F_a колеблется от нуля до F_c , а для F_a , равного F_c , p_0 колеблется от нуля до p_c . Графически это пересечение горизонтальных линий между точками $(0, p_c)$ и (F_c, p_c) и вертикальной линией между точками $(F_c, 0)$ и (F_c, p_c) .

Формула (42) из ISO/TR 10400:2018 справедлива только для растягивающей нагрузки, меняющейся от нуля до нагрузки, соответствующей эквивалентной группе прочности $f_{yax} = 165$ МПа. В результате, давление смятия считается постоянным при сжимающейся осевой нагрузке и становится неопределенным при больших растягивающих нагрузках, как показано на рисунке D.5.


D.3.4 Кривая 3^a: Кривая наружного давления для труб, стойких к смятию, при температуре окружающей среды

Для установленных групп прочности с высоким номинальным давлением смятия изготовители могут указывать только относительные величины высокого номинального давления смятия при нулевой осевой нагрузке. Однако для целей испытаний настоящего стандарта данные относительные величины должны быть экстраполированы для обеспечения инструкций по проведению испытаний с осевыми нагрузками. В результате, эталонная кривая наружного давления для труб, стойких к смятию (кривая 3^a) при температуре окружающей среды должна быть одноосно масштабируема с направлением наружу от кривой номинального давления смятия по API (кривая 2^a) с использованием отношения между одноосным значением кривой наружного давления для труб, стойких к смятию, и одноосным значением номинального давления смятия по API как коэффициента пересчета. В D.3.3 приведены расчеты кривой номинального давления смятия по API.

Исходя из кривой номинального давления смятия по API, для каждого осевого усилия F_a следует умножить p_0 на коэффициент масштабирования для формирования p_0 для кривой наружного давления для труб, стойких к смятию. Кривая наружного давления для труб, стойких к смятию должна быть построена на графике. Таблица D.7 определяет параметры, используемые при расчете кривой наружного давления для труб, стойких к смятию, а на рисунке D.6 отображены полученные в результате изображения образцов кривой номинального давления смятия по API и кривой наружного давления для труб, стойких к смятию.

Т а б л и ц а D.7 – Вводные параметры трубы и описание параметров трубы для кривых номинального давления смятия по API тела трубы 2^а и наружного давления для труб, стойких к смятию 3^а

ISO/TR 10400:2018, раздел 8 (кривая 2 ^а)		Настоящий стандарт (кривая 3 ^а)	
Вводные параметры трубы	Описание параметров трубы	Вводные параметры трубы для испытательного образца	Описание параметров трубы для испытательного образца
$p_0 = -54,8$ МПа	Относительная величина номинального давления смятия по API	$p_0 = -63,0$ МПа	Относительная величина кривой наружного давления для труб, стойких к смятию
–	–	$K_{hc} = 63,0/54,8 = 1,1497$	Одноосный коэффициент масштабирования

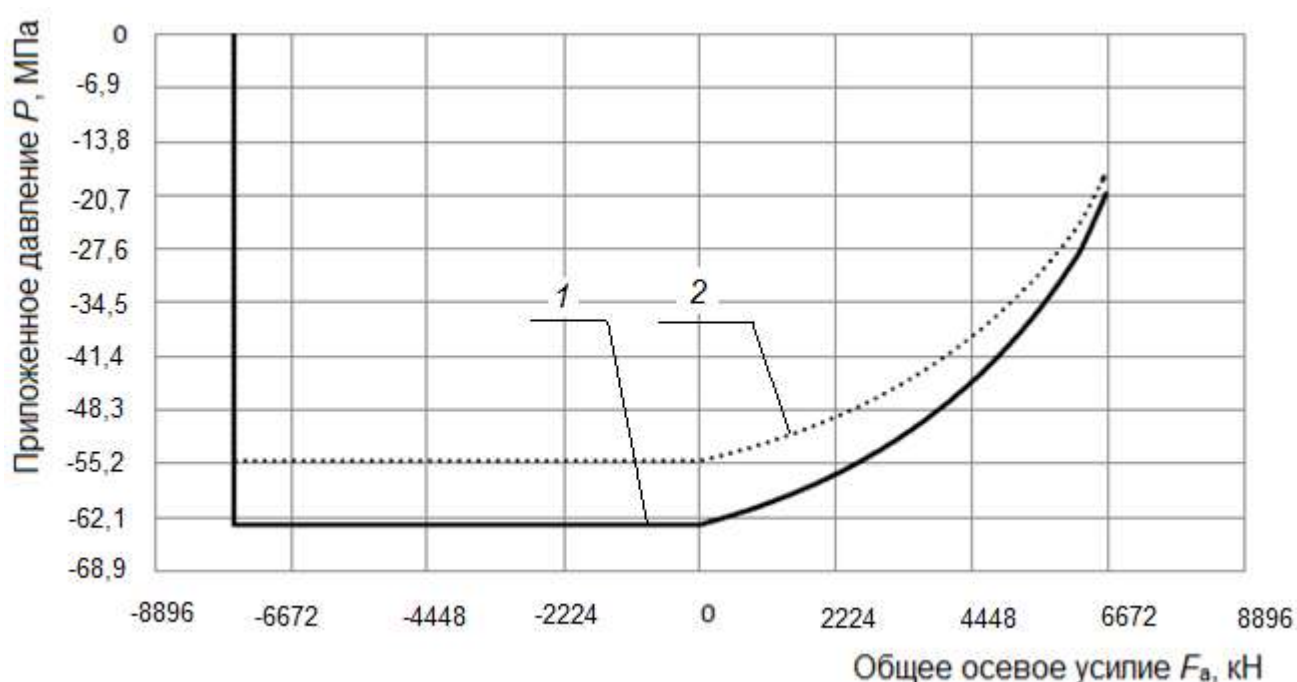

1 – кривая 3^а; 2 – кривая 2^а

П р и м е ч а н и е – Кривая номинального давления смятия по API тела трубы 2^а показана для сравнения.

Рисунок D.6 – Кривые номинального давления смятия по API тела трубы 2^а и наружного давления для труб, стойких к смятию 3^а при температуре окружающей среды


D.3.5 Кривая 4^а: Кривая фактического VME тела трубы испытательного образца при температуре окружающей среды

Из-за различий в фактических размерах материала и предела текучести, эксплуатационные характеристики испытательного образца тела трубы будут отличаться от номинальных значений VME, рассчитанных для кривой 1^а в D.2.2. В результате, кривая фактического VME испытательного образца тела трубы при температуре окружающей среды (кривая 4^а) будет представлять собой зависимость переменных p_i и p_o от F_a , см.

ISO/TR 10400:2018 (раздел 6), с учетом фактических размеров испытательных образцов тела трубы и предела текучести материала. Для любого осевого усилия F_a формула (12) ISO/TR 10400:2018 должна использоваться для вычисления внутреннего давления p_i так, чтобы эквивалентное напряжение σ_e было равно $AMYS$ без наружного давления. Для любого осевого усилия F_a формула (12) ISO/TR 10400:2018 должна использоваться для расчета наружного давления p_o так, чтобы эквивалентное напряжение σ_e было равно $AMYS^a$ без внутреннего давления. Описание для вводных параметров трубы, используемых в формулах ISO/TR 10400:2018 (раздел 6), являются единственно возможными для настоящего стандарта. В таблице D.8 приведены вводные параметры, которые должны использоваться при расчете кривой фактического VME испытательного образца тела трубы (кривая 4^a). На рисунке D.7 приведено итоговое изображение кривой фактического VME испытательного образца тела трубы.

Т а б л и ц а D.8 – Вводные параметры и описание параметров трубы для кривых фактического (4^a) и номинального VME (1^a) испытательного образца тела трубы

ISO/TR 10400:2018, раздел 6 (кривая 1 ^a)		Настоящий стандарт (кривая 4 ^a)	
Вводный параметр трубы	Описание параметра трубы	Вводный параметр трубы для испытательного образца	Описание параметра трубы для испытательного образца
$\sigma_e = f_{ymn} = 758$ МПа	SMYS	$\sigma_e = AMYS^a = 862$ МПа	$AMYS^a$ при температуре окружающей среды
$D = 244,48$ мм	Номинальный наружный диаметр	$D = D_{avg} = 246,30$ мм	Измеренный максимальный средний наружный диаметр
$t = 13,84$ мм	Номинальная толщина стенки	$t = t_{avg} = 13,72$ мм	Измеренная минимальная средняя толщина стенки
$t_{min} = 0,875 \times t = 12,12$ мм	Минимальная толщина стенки	$t_{min} = 12,88$ мм	Измеренная минимальная толщина стенки
$d_{wall} = D - 2t_{min} = 220,24$ мм	Максимальный внутренний диаметр	$d_{wall} = D_{avg} - 2 t_{min} = 220,24$ мм	Максимальный внутренний диаметр
$d = D - 2t = 216,79$ мм	Номинальный внутренний диаметр	$d = d_{avg} = D_{avg} - 2 t_{avg} = 218,87$ мм	Максимальный средний внутренний диаметр
$A_p = \pi/4 (D^2 - d^2) = 10030$ мм ²	Номинальная площадь поперечного сечения	$A_p = \pi/4 (D_{avg}^2 - d_{avg}^2) = 10022,2$ мм ²	Фактическая площадь поперечного сечения

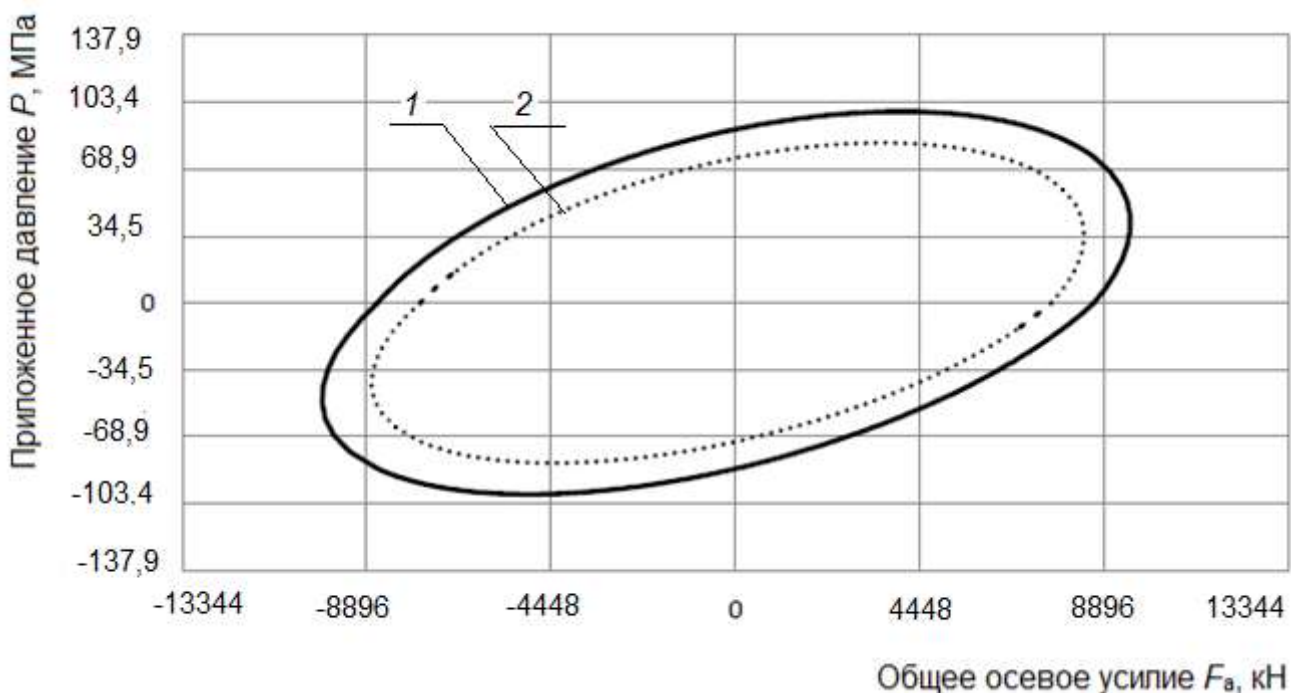

1 – кривая 4^а; 2 – кривая 1^а

П р и м е ч а н и е – Кривая номинального VME тела трубы показана для сравнения.


Рисунок D.7 – Кривые фактического (4^а) и номинального (1^а) VME испытательного образца тела трубы при температуре окружающей среды

D.3.6 Кривая 5^а: Кривая фактического давления смятия по API испытательного образца тела трубы при температуре окружающей среды

Хотя формулы давления смятия ISO/TR 10400:2018 (раздел 8) были разработаны не на основе фактических размеров труб или предела текучести материала, для оценки испытания предпочтительно иметь кривую фактического давления смятия по API. Кривая фактического давления смятия по API испытательного образца тела трубы при температуре окружающей среды (кривая 5^а) должна представлять собой зависимость переменной p_o от F_a , см. ISO/TR 10400:2018 (раздел 8), с учетом фактических размеров испытательного образца тела трубы и предела текучести материала. Для любого заданного осевого усилия F_a давление смятия испытательного образца тела трубы p_o рассчитывается при помощи преобразования формул для смятия труб по ISO/TR 10400:2018 (раздел 8). Описание для вводных параметров труб, используемых в ISO/TR 10400:2018 (раздел 8), являются единственно возможными для настоящего стандарта. В таблице D.9 приведены вводные параметры, используемые при расчете кривой фактического давления смятия по API испытательного образца тела трубы (кривая 5^а). На рисунке D.8 приведено итоговое изображение кривой фактического давления смятия по API тела трубы.

Т а б л и ц а D.9 – Вводные параметры и описание параметров трубы для кривых фактического (5^а) и номинального (2^а) давления смятия по API

ISO/TR 10400:2018, раздел 8 (кривая 2 ^а)		Настоящий стандарт (кривая 5 ^а)	
Вводный параметр трубы	Описание параметра трубы	Вводный параметр трубы для испытательного образца	Описание параметра трубы для испытательного образца
$f_{ymn} = 758$ МПа	SMYS	$f_{ymn} = AMYS^a = 863$ МПа	AMYS ^a при температуре окружающей среды
$D = 244,48$ мм	Номинальный наружный диаметр	$D = D_{avg} = 246,30$ мм	Измеренный максимальный средний наружный диаметр
$t = 13,84$ мм	Номинальная толщина стенки	$t = t_{avg} = 13,72$ мм	Измеренная минимальная средняя толщина стенки
$d = D - 2t = 216,79$ мм	Номинальный внутренний диаметр	$d = d_{avg} = D_{avg} - 2t_{avg} = 218,87$ мм	Максимальный средний внутренний диаметр
$A_p = \pi/4 (D^2 - d^2) = 10030$ мм ²	Номинальная площадь поперечного сечения	$A_p = \pi/4 (D_{avg}^2 - d_{avg}^2) = 10022,2$ мм ²	Фактическая площадь поперечного сечения
$\sigma_a = F_a/A_p$	Осевое напряжение	$\sigma_a = F_a/A_p$	Осевое напряжение

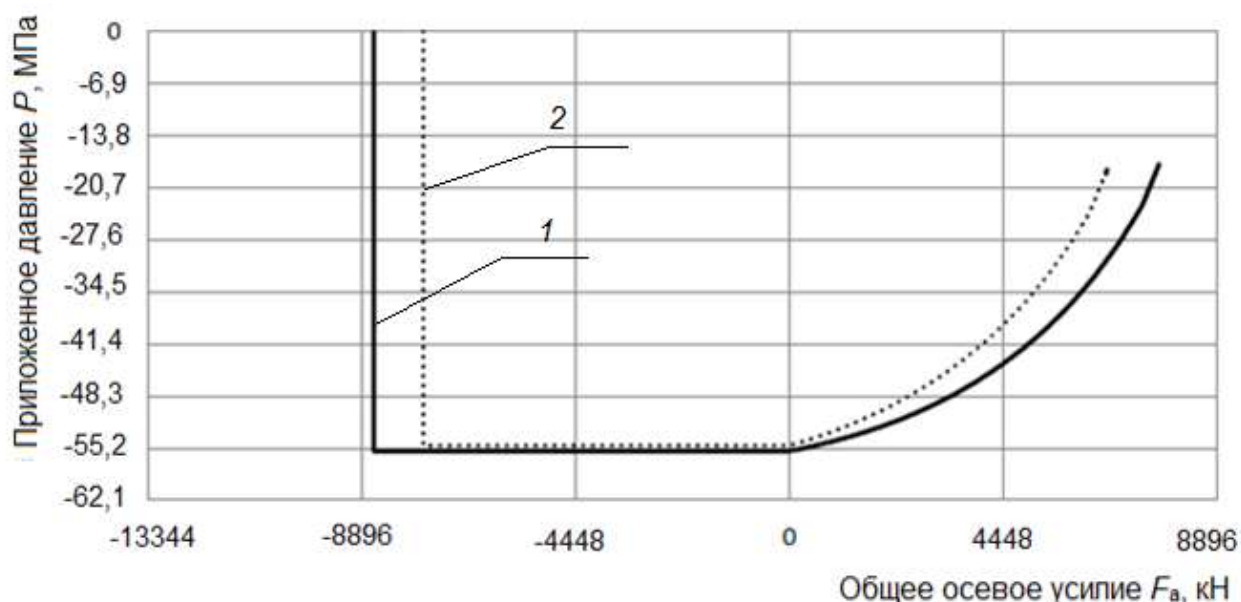

1 – кривая 5^а; 2 – кривая 2^а

Рисунок D.8 – Кривые фактического (5^а) и номинального (2^а) давления смятия по API испытательного образца тела трубы при температуре окружающей среды

Кривая номинального давления смятия по API тела трубы приведена для сравнения. ISO/TR 10400:2018 (раздел 8) не дает указаний по расчету величины давления смятия трубы на основе фактических размеров испытательных образцов и предела текучести материала. В зависимости от фактических размеров испытательного образца тела трубы и предела текучести материала фактическое давление смятия по API p_o может оказаться меньше номинального давления смятия по API тела трубы p_c .

D.4 Эталонные характеристики испытательного образца тела трубы при повышенной температуре

D.4.1 Общие положения

Как показано на рисунке 2, эталонные характеристики тела трубы при повышенной температуре должны быть рассчитаны при помощи двухосного масштабирования эталонных характеристик тела трубы при температуре окружающей среды, рассчитанных в D.3, с использованием коэффициента масштабирования K_{temp} . В таблице D.10 приведены номинальные и измеренные размеры труб, нормируемый минимальный предел текучести, фактические результаты испытаний на определение предела текучести и коэффициент масштабирования для наружного давления труб, стойких к смятию.

Т а б л и ц а D.10 – Параметры, используемые для расчета эталонных характеристик тела трубы при повышенной температуре

Номинальный наружный диаметр	Номинальная толщина стенки	SMYS	D_{avg}	t_{min}	t_{avg}	AMYS ^a	AAYS ^a	AAYS ^e	K_{nc}	Макс. температура
244,48 мм	13,84 мм	758 МПа	246,30 мм	12,88 мм	13,72 мм	862 МПа	862 МПа	764 МПа	63,0 МПа	195 °C


Расчет коэффициента масштабирования при повышенной температуре K_{temp} приведен в таблице D.11. Поскольку рекомендации по определению нормируемого минимального предела текучести при повышенной температуре отсутствуют, для масштабирования номинальных и фактических эталонных характеристик при повышенной температуре должен использоваться коэффициент масштабирования при повышенной температуре с учетом AAYS^e и AAYS^a. Поскольку используется AAYS, номинальные эталонные характеристики должны быть рассчитаны для каждого испытательного образца, если образцы взяты от разных исходных заготовок.

Т а б л и ц а D.11 – Расчет коэффициента масштабирования для эталонных характеристик при повышенной температуре

D.2.3	
Вводный параметр трубы для испытательного образца	Описание параметра трубы для испытательного образца
AAYS ^a = 862 МПа	AAYS ^a испытательного образца исходной заготовки при температуре окружающей среды
AAYS ^e = 764 МПа	AAYS ^e испытательного образца исходной заготовки при повышенной температуре
$K_{195} = AAYS^e / AAYS^a = \underline{0,8864}$	Коэффициент масштабирования при повышенной температуре

D.4.2 Кривая 1^е: Кривая номинального VME испытательного образца тела трубы при повышенной температуре

Кривая номинального VME испытательного образца тела трубы при повышенной температуре (кривая 1^е) должна быть получена двухосным масштабированием кривой номинального VME тела трубы при температуре окружающей среды (кривая 1^а) с применением коэффициента масштабирования K_{195} . Для любой заданной нагрузки F_a следует умножить F_a и r_i или r_o на коэффициент масштабирования. В таблице D.11 приведены параметры, необходимые для расчета коэффициента масштабирования. Кривые 1^е и 1^а изображены на рисунке D.9.

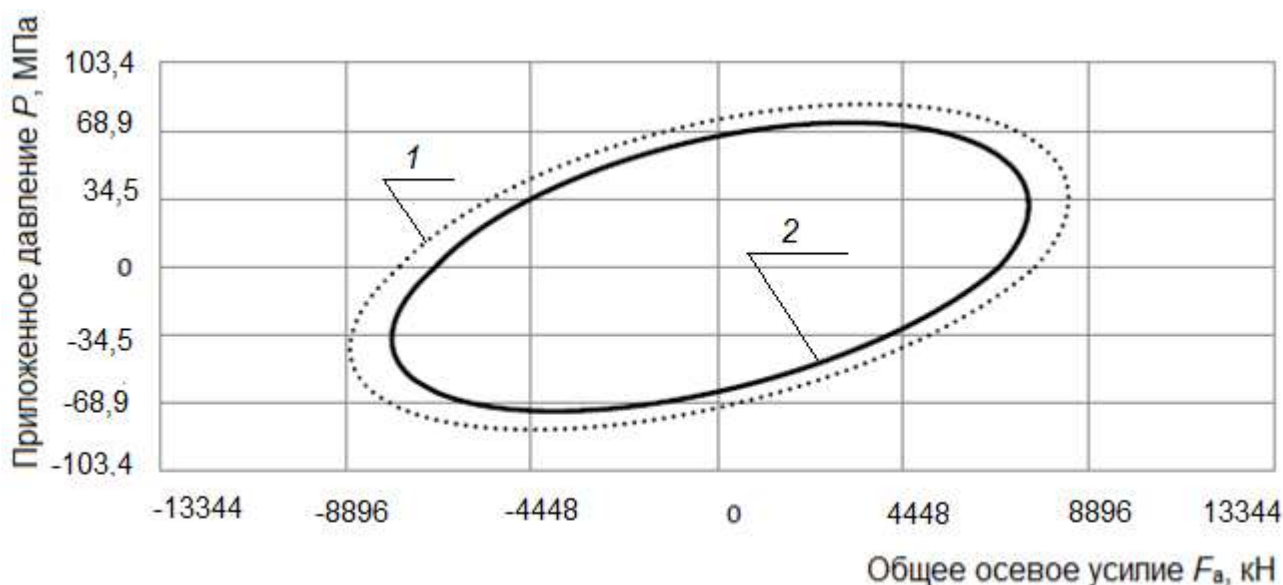


1 – кривая 1^а; 2 – кривая 1^е

Примечание – Кривая 1^а приведена для сравнения.

Рисунок D.9 – Кривые номинального VME испытательного образца тела трубы при температуре окружающей среды (1^а) и при повышенной температуре (1^е)

D.4.3 Кривая 2^е: Кривая номинального давления смятия по API испытательного образца тела трубы при повышенной температуре

Поскольку в ISO/TR 10400:2018 не содержится рекомендаций по определению давления смятия при повышенной температуре, кривая номинального давления смятия по API испытательного образца тела трубы при повышенной температуре (кривая 2^е) должна быть получена двухосным масштабированием кривой номинального давления смятия по API тела трубы при температуре окружающей среды (кривая 2^а) с применением коэффициента масштабирования K_{195} . Для любого осевого усилия F_a следует умножить F_a и r_o на коэффициент масштабирования. В таблице D.11 приведены параметры, необходимые для расчета коэффициента масштабирования. Кривые 2^е и 2^а приведены на рисунке D.10.

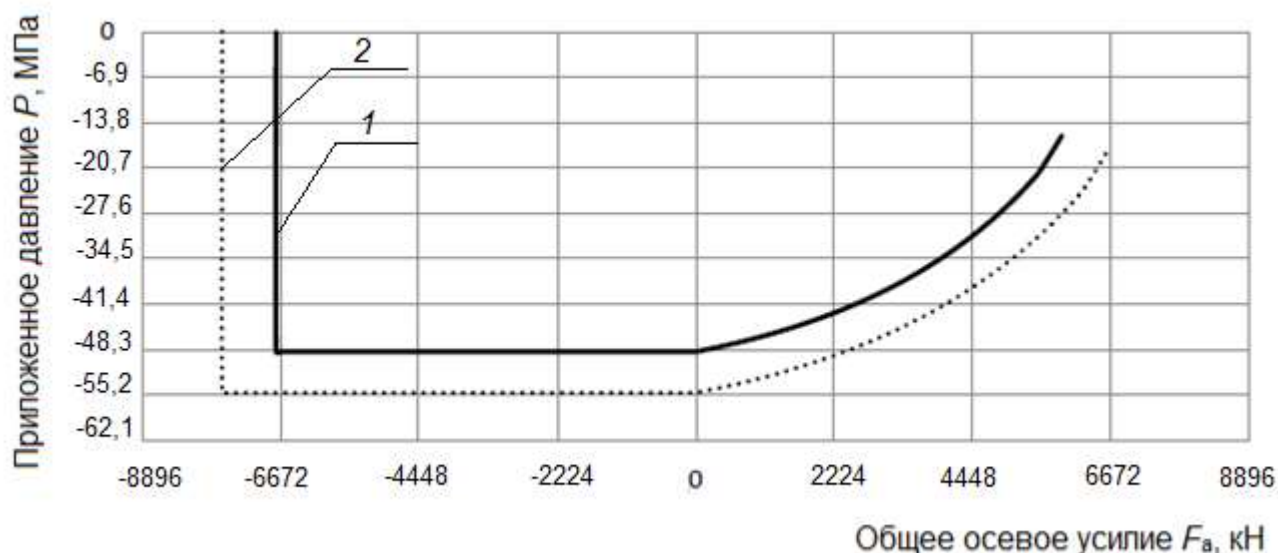


1 – кривая 2^е; 2 – кривая 2^а

Примечание – Кривая 2^а приведена для сравнения.

Рисунок D.10 – Кривые номинального давления смятия по API испытательного образца тела трубы при температуре окружающей среды (2^а) и при повышенной температуре (2^е)

D.4.4 Кривая 3^е: Кривая наружного давления для труб, стойких к смятию, для испытательного образца при повышенной температуре

Для труб, стойких к смятию, с наружным давлением изготовители обычно указывают только класс наружного давления при нулевом осевом усилии и температуре окружающей среды. Однако для целей испытаний настоящего стандарта класс наружного давления при температуре окружающей среды при нулевом осевом усилии должен быть экстраполирован для подготовки рекомендаций по проведению испытаний с осевым усилием при повышенной температуре. В результате, кривая наружного давления для труб, стойких к смятию испытательного образца тела трубы при повышенной температуре (кривая 3^е) должна быть получена двухосным масштабированием кривой наружного давления для труб, стойких к смятию при температуре окружающей среды (кривая 3^а) с применением коэффициента масштабирования K_{195} . Для любого осевого усилия F_a следует умножить F_a и p_o на коэффициент масштабирования. В таблице D.11 приведены параметры, необходимые для расчета коэффициента масштабирования. Кривые 3^е и 3^а приведены на рисунке D.11. Допускается применять альтернативные методы масштабирования при расчете эталонных характеристик тела трубы при повышенной температуре, при условии, что они описаны в ISO/TR 10400:2018 или их экспериментальное подтверждение может быть продемонстрировано и подробно включено в план испытаний.

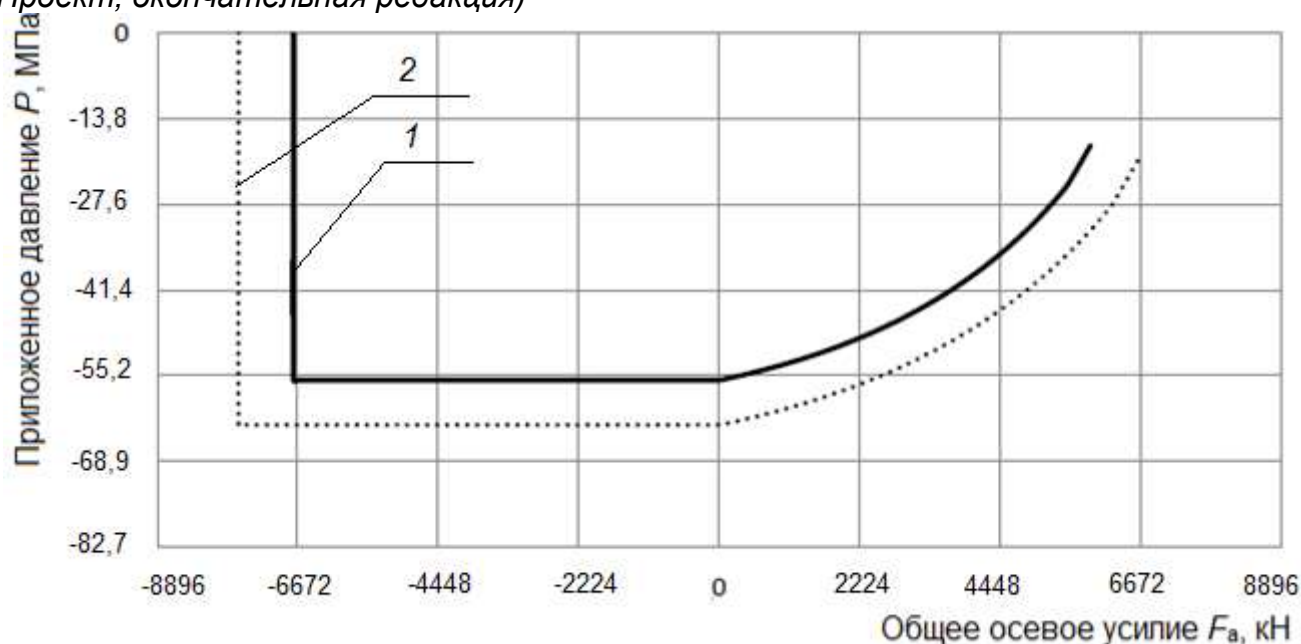


1 – кривая 3^е; 2 – кривая 3^а

Примечание – Кривая 1^а приведена для сравнения.

Рисунок D.11 – Кривые наружного давления для труб, стойких к смятию, испытательного образца тела трубы при температуре окружающей среды (3^а) и при повышенной температуре (3^е)

D.4.5 Кривая 4^е: Кривая фактического VME испытательного образца тела трубы при повышенной температуре

Кривая фактического VME испытательного образца тела трубы при повышенной температуре (кривая 4^е) должна быть получена двухосным масштабированием кривой фактического VME испытательного образца тела трубы при температуре окружающей среды (кривая 4^а) с применением коэффициента масштабирования K_{195} . Для любого осевого усилия F_a следует умножить F_a и r_i или r_o на коэффициент масштабирования. В таблице D.11 приведены параметры, необходимые для расчета коэффициента масштабирования. Кривые 4^е и 4^а приведены на рисунке D.12.

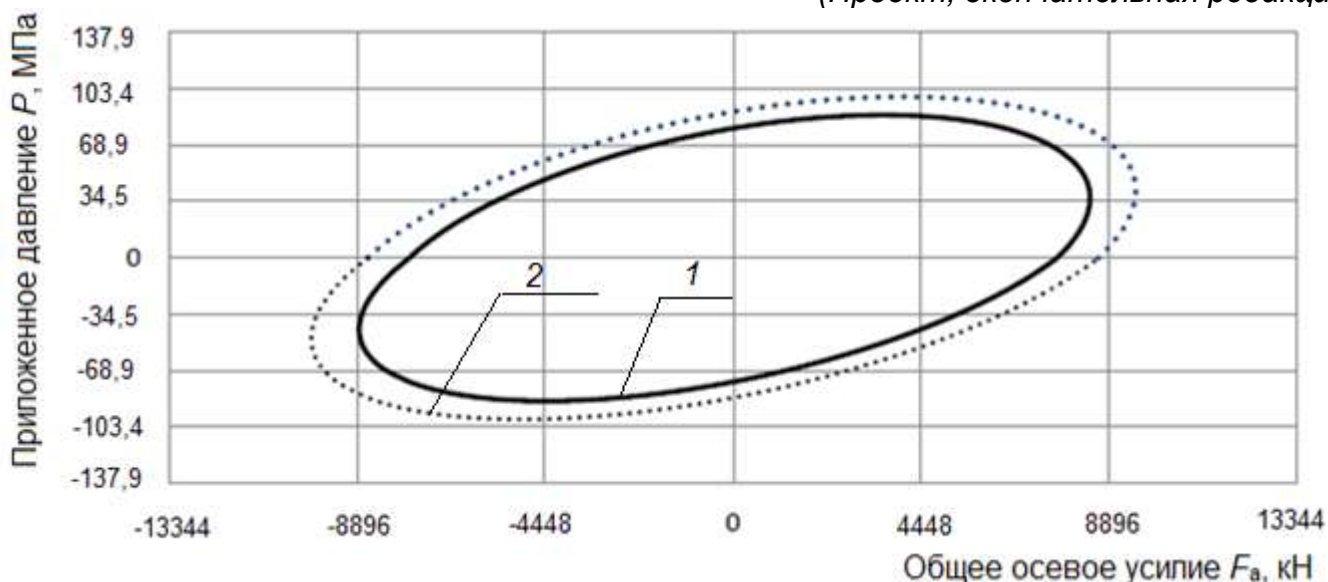


1 – кривая 4^е; 2 – кривая 4^а

П р и м е ч а н и е – Кривая 4^а приведена для сравнения.

Рисунок D.12 – Кривые фактического VME испытательного образца тела трубы при температуре окружающей среды (4^а) и при повышенной температуре (4^е)

D.4.6 Кривая 5^е: Кривая фактического давления смятия по API испытательного образца тела трубы при повышенной температуре

Поскольку в ISO/TR 10400:2018 не содержится рекомендаций по определению давления смятия при повышенной температуре, кривая фактического давления смятия по API испытательного образца тела трубы при повышенной температуре (кривая 5^е) должна быть получена двухосным масштабированием кривой фактического давления смятия по API тела трубы при температуре окружающей среды (кривая 5^а) с применением коэффициента масштабирования K_{195} . Для любого осевого усилия F_a следует умножить F_a и p_o на коэффициент масштабирования. В таблице D.11 приведены параметры, необходимые для расчета коэффициента масштабирования. Кривые 5^е и 5^а приведены на рисунке D.13.

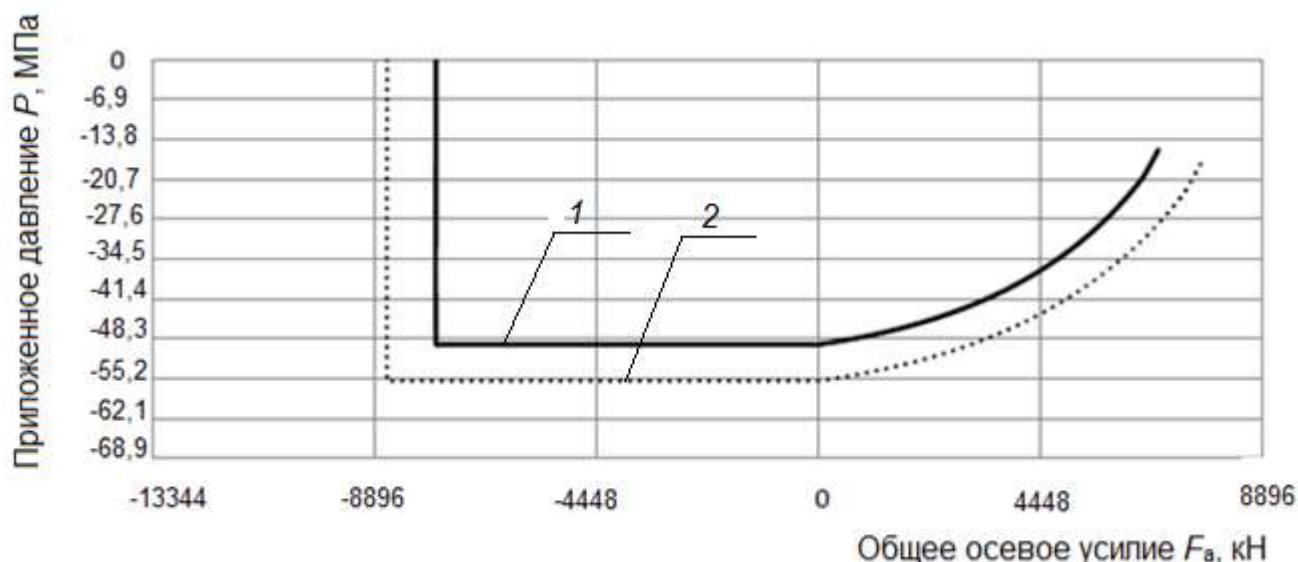

1 – кривая 5^е; 2 – кривая 5^а

Примечание – Кривая 5^а приведена для сравнения.

Рисунок D.13 – Кривые фактического давления смятия по API испытательного образца тела трубы при температуре окружающей среды 5^а и при повышенной температуре 5^е

D.5 Определение точек СЕЕ и точек нагрузки TLE без изгиба

D.5.1 Общие положения

Как указано в 4.2, целью настоящего стандарта является испытание каждого образца на такую высокую нагрузку или комбинацию нагрузок, насколько это гарантированно возможно на практике. Фактические размеры тела трубы или предел текучести материала могут не влиять на некоторые эксплуатационные характеристики резьбовых соединений. Предполагается, что методика, используемая для определения эксплуатационных характеристик резьбовых соединений при испытании конкретного испытательного образца, является собственной разработкой предприятия. Изготовитель самостоятельно определяет СЕЕ на основе конструкции резьбового соединения, фактических размеров испытательного образца тела трубы и резьбового соединения, а также фактических значений пределов текучести материала испытательного образца тела трубы и резьбового соединения при температуре окружающей среды и при повышенной температуре. После установления изготовителем СЕЕ, можно определить точки СЕЕ по таблице 8. По точкам СЕЕ определяются точки нагрузки TLE для каждого испытательного образца путем двухосного масштабирования при 80 %, 90 %, 95 % или 100 % (в зависимости от того, что применимо) от СЕЕ согласно таблице 8. Точки нагрузки TLE при температуре окружающей среды определяются 32 точками СЕЕ, а точки нагрузки TLE при повышенной температуре – 15 точками СЕЕ. Отдельные точки нагрузки TLE определяют TLE.

В соответствии с требованиями 7.3.5.3 и таблицы 14 для задания траектории

приложения нагрузки в механических циклах TS-C при температуре окружающей среды установлены точки нагрузки TLE 28_{a90}, 29_{a90}, 30_{a90} и 31_{a90} (см. рисунок 34). Не существует точек СЕЕ, на основании которых были бы определены эти точки нагрузки; они зависят от точки нагрузки TLE 14_{a90}.

СЕЕ может быть ограничена эксплуатационными характеристиками тела трубы или резьбового соединения. Если СЕЕ меньше эталонных характеристик тела трубы, то коэффициенты двухосного масштабирования зависят от того, обусловлено ли ограничение СЕЕ пределом текучести материала или каком-то другим фактором. Если ограничение СЕЕ обусловлено пределом текучести материала, необходимо масштабировать TLE до 80 %, 90 % или 95 % (в зависимости от того, что применимо) от СЕЕ. Если ограничение СЕЕ обусловлено другим фактором, то TLE должна быть 100 % от СЕЕ. Некоторыми примерами ограничений СЕЕ резьбовых соединений, требующими коэффициентов масштабирования 100 %, являются резьбовые соединения с ограничением до MYP по API (минимального внутреннего давления, при котором напряжения в теле трубы достигают предела текучести, определенного в соответствии с ISO/TR 10400:2018, и резьбовые соединения с ограничением до номинального давления смятия по API. Коэффициент масштабирования 80 % применяется как к СЕЕ, ограниченной пределом текучести материала, так и к СЕЕ, ограниченной каким-либо другим фактором.

Для оценки и интерпретации результатов испытаний применяются эталонные характеристики тела трубы при температуре окружающей среды и при повышенной температуре, приведенные в D.3 и D.4.

Как показано на рисунке 2, изготовитель должен определить СЕЕ при температуре окружающей среды и при повышенной температуре для каждого испытательного образца. TLE при температуре окружающей среды и при повышенной температуре определяют на основе соответствующего СЕЕ, как показано на рисунке 3. В таблице D.12 приведены номинальные и измеренные размеры, номинальный и фактический пределы текучести материала, коэффициент масштабирования для наружного давления и коэффициент масштабирования K_{195} , применяемый для расчета СЕЕ и TLE в данном примере.

Т а б л и ц а D.12 – Параметры, используемые для расчета эталонных кривых

Номинальный наружный диаметр	Номинальная толщина стенки	SMYS	D_{avg}	t_{min}	t_{avg}	AMYS ^a	K_{hc}	K_{195}	Макс. температура
244,48 мм	13,84 мм	758 МПа	246,30 мм	12,88 мм	13,72 мм	862 МПа	63,0 МПа	0,8864	195 °C

D.5.2 СЕЕ при температуре окружающей среды и при повышенной температуре

В данном примере СЕЕ совпадает с кривой фактического VME испытательного

образца тела трубы под нагрузкой внутреннего давления, как при температуре окружающей среды, так и при повышенной температуре. Под нагрузкой наружного давления СЕЕ равна наименьшему значению кривой фактического VME испытательного образца тела трубы и наибольшему значению кривой наружного давления для труб, стойких к смятию, и кривой фактического давления смятия по API испытательного образца при температуре окружающей среды и при повышенной температуре.

Таким образом в данном примере $СЕЕ^a t = F_t$.

Из таблицы D.8:


$$СЕЕ^a t = A_p \times AMYS^a = 10022,2 \times 862 = 8639 \text{ кН}$$

$$СЕЕ^a c = - СЕЕ^a t = - 8639 \text{ кН}$$

Для F_a , $СЕЕ^a p_i = \text{Кривая } 4^a p_i$

Для F_a , $СЕЕ^a p_o = \text{Мин. [90 \% или 95 \% от кривой } 4^a, \text{ макс. (100 \% от кривой } 3^a, 90 \% \text{ или 95 \% от кривой } 5^a)] p_o$.

$СЕЕ^a$ зависит от трех эталонных кривых испытательных образцов тела трубы. Для наружного давления, определяющая эталонная кривая является функцией осевого усилия. На рисунке D.14 приведена полученная СЕЕ при температуре окружающей среды вместе с тремя эталонными кривыми испытательных образцов тела трубы (кривые 3^a, 4^a и 5^a).

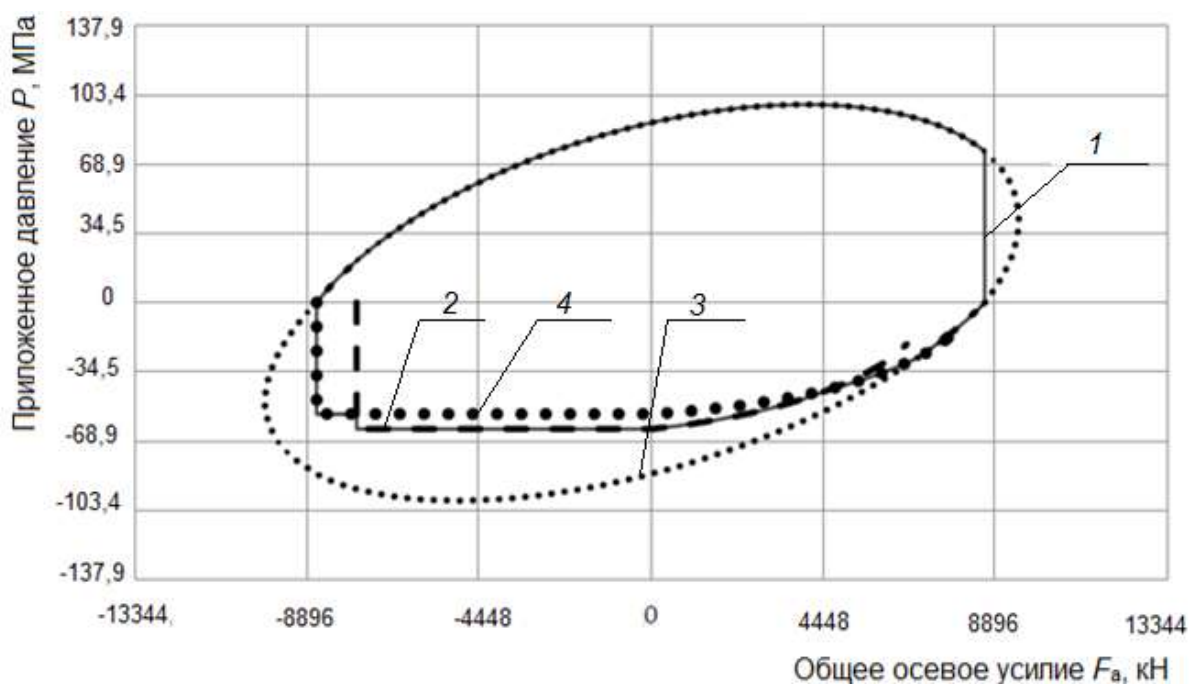

1 – СЕЕ^a; 2 – кривая 3^a; 3 – кривая 4^a; 4 – кривая 5^a

Рисунок D.14 – СЕЕ^a испытательного образца при температуре окружающей среды

Из таблицы D.11:


$$СЕЕ^e t = СЕЕ^a t * K_{temp} = 8639 \times 0,8864 = 7657 \text{ кН}$$

$$СЕЕ^e c = - СЕЕ^e t = - 7657 \text{ кН}$$

Для F_a , $CEE^e \rho_i$ = Кривая 4^e ρ_i

Для F_a , $CEE^e \rho_o$ = Мин. [90 % от кривой 4^e, макс. (100 % от кривой 3^e, 90 % от кривой 5^e)] ρ_o .

CEE^e зависит от трех эталонных кривых испытательных образцов тела трубы. Для наружного давления, определяющая эталонная кривая является функцией осевого усилия. На рисунке D.15 приведена полученная CEE при повышенной температуре вместе с тремя эталонными кривыми испытательных образцов тела трубы (кривые 3^e, 4^e и 5^e).

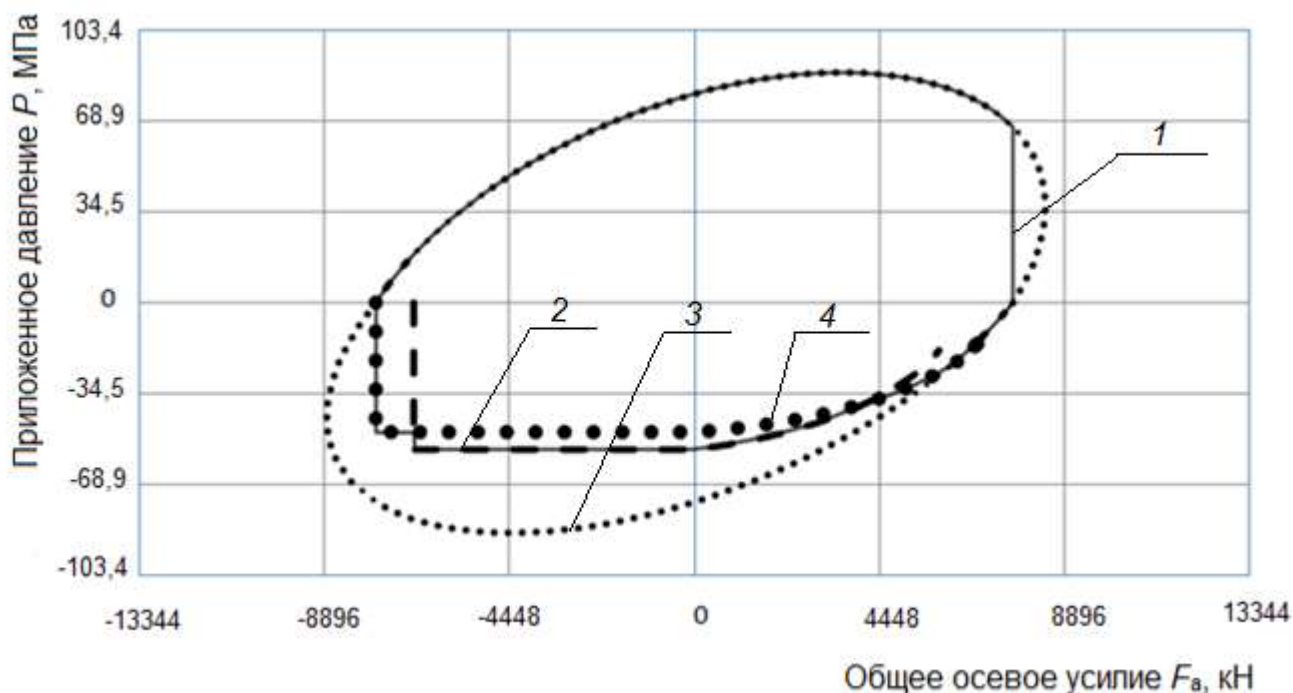

1 – CEE^e ; 2 – кривая 3^e; 3 – кривая 4^e; 4 – кривая 5^e

Рисунок D.15 – CEE^e испытательного образца при повышенной температуре

D.5.3 Точки CEE^a и точки нагрузки 80 % TLE^a при температуре окружающей среды

В таблице 8 приведены рассчитанные точки нагрузки 1_{a80} – 9_{a80} для расчета CEE^a F_a и ρ_i и TLE^a F_a и ρ_i .

Для CEE^a LP 1_{a80} – LP 9_{a80}, LP 1_{a80}, LP 4_{a80}, LP 5_{a80}, LP 6_{a80}, LP 7_{a80} и LP 9_{a80} лежат на CEE^a . LP 2_{a80} и LP 3_{a80} являются функцией LP 4_{a80}, и LP 8_{a80} является функцией LP 7_{a80}.

Для TLE^a LP 1_{a80} – LP 9_{a80}, LP 4_{a80} – LP 7_{a80} двухосно масштабируется до точки CEE^a , указанной в таблице 8, с применением указанного коэффициента 80 % для двухосного масштабирования. LP 2_{a80}, LP 3_{a80} и LP 8_{a80} основаны на других точках нагрузки TLE^a и не требуют двухосного масштабирования. LP 1_{a80} требует конкретный коэффициент масштабирования 0,67, при котором значение $TLE F_a$ для LP 1_{a80} – LP 4_{a80}

(Проект, окончательная редакция)

является постоянным. Аналогично, для LP 9_a80 требуется конкретный коэффициент масштабирования 0,50, при котором значение TLE F_a для LP 7_a80 – LP 9_a80 является постоянным.

Пример расчетов для LP 4_a80:

$$LP\ 4_{a80}\ CEE^a\ F_a = 0,67/0,80 \times CEE^a\ t = 0,67/0,80 \times 8639 = 7234\ кН$$

$$LP\ 4_{a80}\ CEE^a\ \rho_i = 100\ \% \ CEE\ \rho_i\ \text{или}\ CEE^a\ F_a = 87,0\ МПа$$

$$LP\ 4_{a80}\ TLE^a\ F_a = 0,80 \times LP\ 4_{a80}\ CEE^a\ F_a = 0,80 \times 7234 = 5787\ кН$$

$$LP\ 4_{a80}\ TLE^a\ \rho_i = 0,80 \times LP\ 4_{a80}\ CEE^a\ \rho_i = 0,80 \times 89,7 = 71,7\ МПа$$

Пример расчетов для LP 3_a80:

$$LP\ 3_{a80}\ CEE^a\ F_a = \text{не применимо}$$

$$LP\ 3_{a80}\ CEE^a\ \rho_i = \text{не применимо}$$

$$LP\ 3_{a80}\ TLE^a\ F_a = 0,80 \times LP\ 4_{a80}\ CEE^a\ F_a = 0,80 \times 7234 = 5787\ кН$$

$$LP\ 3_{a80}\ TLE^a\ \rho_i = 0,50 \times 0,80 * LP\ 4_{a80}\ CEE^a\ \rho_i = 0,50 \times 0,80 \times 87 = 34,8\ МПа$$

Пример расчетов для LP 7_a80:

$$LP\ 7_{a80}\ CEE^a\ F_a = 0,50/0,80 \times CEE^a\ c = 0,50/0,80 \times - 8638 = - 5400\ кН$$

$$LP\ 7_{a80}\ CEE^a\ \rho_i = 100\ \% \ CEE\ \rho_i\ \text{или}\ LP\ 7_{a80}\ CEE^a\ F_a = 50,3\ МПа$$

$$LP\ 7_{a80}\ TLE^a\ F_a = 0,80 \times LP\ 7_{a80}\ CEE^a\ F_a = 0,80 \times - 5400 = - 4319\ кН$$

$$LP\ 7_{a80}\ TLE^a\ \rho_i = 0,80 \times LP\ 7_{a80}\ CEE^a\ \rho_i = 0,80 \times 50,2 = 40,2\ МПа$$

Пример расчетов для LP 8_a80:

$$LP\ 8_{a80}\ CEE^a\ F_a = \text{не применимо}$$

$$LP\ 8_{a80}\ CEE^a\ \rho_i = \text{не применимо}$$


$$LP\ 8_{a80}\ TLE^a\ F_a = 0,80 \times LP\ 7_{a80}\ CEE^a\ F_a = 0,80 \times - 5404 = - 4319\ кН$$

$$LP\ 8_{a80}\ TLE^a\ \rho_i = 0,50 \times 0,80 \times LP\ 7_{a80}\ CEE^a\ \rho_i = 0,50 \times 0,80 \times 50,2 = 20,1\ МПа$$

На основе CEE^a, определенной изготовителем, в таблице D.13 приведены итоговые точки CEE^a и точки нагрузки 80 % TLE^a при температуре окружающей среды. На рисунке D.16 приведены графики CEE^a и точек CEE^a, а также TLE^a и точек нагрузки TLE^a. Следует обратить внимание на векторы, проходящие через точки CEE^a и точки нагрузки TLE^a в результате двухосного масштабирования.

Т а б л и ц а D.13 – Точки 80 % CEE^a и точки нагрузки TLE^a при температуре окружающей среды

Точка нагрузки	Область оценки резьбового соединения (CEE)		Область испытательных нагрузок (TLE)	
	Осевая точка F_a , кН	Точка давления p_i или p_o , МПа	Осевое усилие F_a , кН	Нагрузка под давлением p_i или p_o , МПа
1 _{a80}	8638	0	5787	0
2 _{a80}	не применяется	не применяется	5787	17,9
3 _{a80}	не применяется	не применяется	5787	35,9
4 _{a80}	7234	89,7	5787	71,7
5 _{a80}	3709	98,6	2967	78,9
6 _{a80}	0	89,5	0	71,6
7 _{a80}	- 5400	50,2	4319	40,2
8 _{a80}	не применяется	не применяется	- 4319	20,1
9 _{a80}	- 8638	0	- 4319	0

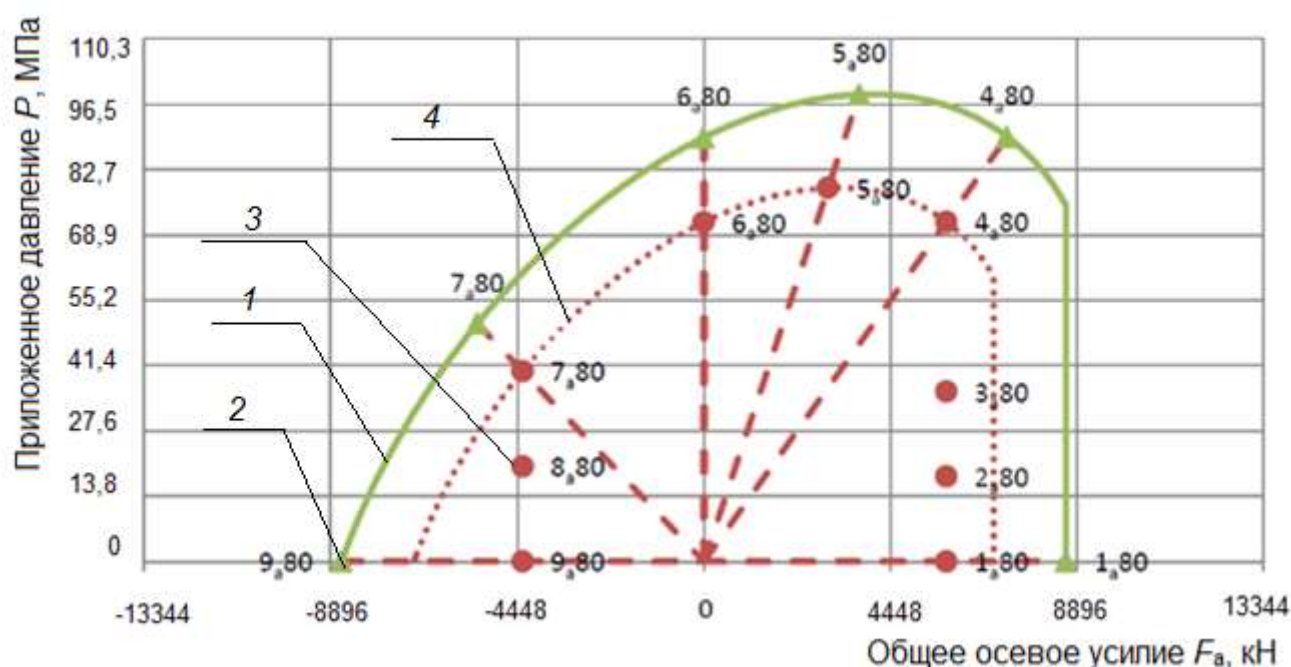

1 – CEE^a; 2 – точки CEE^a; 3 – точки нагрузки TLE^a80; 4 – 80% CEE^a

Рисунок D.16 – Точки CEE^a и точки нагрузки 80 % TLE^a при температуре окружающей среды

D.5.4 Точки CEE^a и точки нагрузки 95 % TLE^a при температуре окружающей среды

В таблице 8 приведены рассчитанные точки нагрузки 10_{a95} – 27_{a95} для расчета CEE^a F_a и p_i или p_o и TLE^a F_a и p_i или p_o .

Для CEE^a LP 10_{a95} – LP 27_{a95}, LP 10_{a95} и LP 13_{a95} – LP 27_{a95} лежат на CEE^a. LP 11_{a95} и LP 12_{a95} являются функцией LP 13_{a95}.

Для TLE^a LP 10_{a95} – LP 21_{a95}, LP 13_{a95} – LP 20_{a95} двухосно масштабируется до точки CEE^a, указанной в таблице 8, с применением указанного коэффициента двухосного

ГОСТ ISO 13679 – 20

(Проект, окончательная редакция)

масштабирования 95 %. LP 11_{a95} и LP 12_{a95} являются функцией LP 13_{a95} и не требуют двухосного масштабирования. Точка нагрузки 10_{a95} требует конкретный коэффициент масштабирования 0,90, при котором значение TLE F_a для LP 10_{a95} – 13_{a95} является постоянным. Аналогично для LP 21_{a95} требуется конкретный коэффициент масштабирования 0,90, при котором значение TLE F_a является постоянным для LP 20_{a95} и 21_{a95}.

TLE^a LP 22_{a95} – 27_{a95} двухосно масштабируются до точки CEE^a, указанной в таблице 8; однако коэффициент масштабирования зависит от определяющей эталонной кривой. Кривая 3^a требует коэффициент масштабирования 100 %, поскольку кривая наружного давления для труб, стойких к смятию не зависит от фактических размеров испытательного образца или предела текучести материала. Кривые 4^a и 5^a требуют применения двухосного коэффициента масштабирования 95 %, поскольку обе кривые основаны на фактических размерах испытательного образца и пределе текучести материала. LP 23_{a95} – 25_{a95} определяются исходя из кривой наружного давления для труб, стойких к смятию (кривая 3^a), поэтому для них применяется коэффициент масштабирования 100 % (без масштабирования). TLE LP 22_{a95} и LP 26_{a95} в данном примере требуют специального рассмотрения, и полученные испытательные нагрузки для каждой кривой должны быть сопоставлены, чтобы гарантировать, что испытательный образец испытывается при максимально высокой нагрузке или комбинации нагрузок, насколько это гарантированно возможно на практике. Для LP 27_{a95} наружное давление определяется исходя из кривой фактического VME (кривая 4^a), поэтому к ней применяется коэффициент масштабирования 95 %.

CEE^a и TLE^a для LP 22_{a95} могут определяться на основании кривой наружного давления для труб, стойких к смятию (кривая 3^a) или кривой фактического давления смятия по API (кривая 5^a). Как показано в таблице D.14, кривая 5^a приводит при испытаниях к более высокой нагрузке на смятие, но более низкой нагрузке при испытании под наружным давлением, чем кривая 3^a. Поскольку испытательный образец специально испытывается на трубах с высоким номинальным давлением смятия, для LP 22_{a95} была выбрана кривая 3^a, и применяется коэффициент масштабирования 100 %.

Т а б л и ц а D.14 – Потенциальные точки нагрузки LP 22_{a95} и TLE^a, на основании кривых 3^a, 4^a и 5^a

Потенциальная CEE ^a	Область оценки резьбового соединения (CEE)		Область испытательных нагрузок (TLE)		Коэффициент масштабирования
	Осевая точка, кН	Точка давления, МПа	Осевое усилие, кН	Нагрузка под давлением, МПа	
Кривая 3 ^a	- 7606	- 63,0	- 1710	- 63,0	A = 100 %
Кривая 4 ^a	- 8185	- 89,3	- 7775	- 84,8	A = 95 %
Кривая 5 ^a	- 8185	- 55,6	- 7775	- 52,8	A = 95 %

Несмотря на то, что СЕЕ^а для LP 26_а95 определяется кривой фактического давления смятия по API (кривая 5^а), наибольшее сочетание нагрузок TLE^а, которое гарантированно возможно на практике, получается из кривой наружного давления для труб, стойких к смятию (кривая 3^а). Как показано в таблице D.15, кривая 3^а приводит к более высокому испытательному давлению, чем кривая 5^а, а кривая 3^а приводит к более низкому испытательному давлению, чем кривая 4^а. Поскольку СЕЕ определяется как мин. [кривая 4^а, макс. (кривая 3^а, кривая 5^а)], для LP 26_а95 используется кривая наружного давления для труб, стойких к смятию (кривая 3^а) и двухосный коэффициент масштабирования 100 %.

Т а б л и ц а D.15 – Потенциальные точки нагрузки LP 26_а95 TLE^а, на основании кривых 3^а, 4^а и 5^а

Потенциальная СЕЕ ^а	Область оценки резьбового соединения (СЕЕ)		Область испытательных нагрузок (TLE)		Коэффициент масштабирования
	Осевая точка, кН	Точка давления, МПа	Осевое усилие, кН	Нагрузка под давлением, МПа	
Кривая 3 ^а	5787	- 32,8	5787	- 32,8	A = 100 %
Кривая 4 ^а	6090	- 37,5	5787	- 35,6	A = 95 %
Кривая 5 ^а	6090	-34,3	5787	- 32,6	A = 95 %

Пример расчетов для LP 13_а95:

$$LP\ 13_{a}95\ СЕЕ^a\ F_a = 0,90/0,95 \times СЕЕ^a\ t = 0,90/0,95 \times 8638 = 8183\ кН$$

$$LP\ 13_{a}95\ СЕЕ^a\ p_i = 100\ \% \ СЕЕ^a\ p_i \text{ или } LP\ 13_{a}95\ СЕЕ^a\ F_a = 81,3\ МПа$$

$$LP\ 13_{a}95\ TLE^a\ F_a = 0,95 \times LP\ 13_{a}95\ СЕЕ^a\ t = 0,95 \times 8183 = 7774\ кН$$

$$LP\ 13_{a}95\ TLE^a\ p_i = 0,95 \times LP\ 13_{a}95\ СЕЕ^a\ p_i = 0,95 \times 89,7 = 77,3\ МПа$$

Пример расчетов для LP 25_а95 (для кривой 3^а, A = 1,00):

$$LP\ 25_{a}95\ СЕЕ^a\ F_a = 0,33/A \times СЕЕ^a\ t = 0,33/1,00 \times 8638 = 2850\ кН$$

$$LP\ 25_{a}95\ СЕЕ^a\ p_o = 100\ \% \ СЕЕ^a\ p_o \text{ или } LP\ 25_{a}95\ СЕЕ^a\ F_a = - 53,9\ МПа$$

$$LP\ 25_{a}95\ TLE^a\ F_a = A \times LP\ 25_{a}95\ СЕЕ^a\ F_a = 1,00 \times 2850 = 2850\ кН$$

$$LP\ 25_{a}95\ TLE^a\ p_o = A \times LP\ 25_{a}95\ СЕЕ^a\ p_o = 1,00 \times - 53,9 = - 53,9\ МПа$$

Пример расчетов для LP 27_а95 (для кривой 1^а, A = 0,95):

$$LP\ 27_{a}95\ СЕЕ^a\ F_a = 0,90/A \times СЕЕ^a\ t = 0,90/0,95 \times 8638 = 8183\ кН$$


$$LP\ 27_{a}95\ СЕЕ^a\ p_o = 100\ \% \ СЕЕ^a\ p_o \text{ или } LP\ 27_{a}95\ СЕЕ^a\ F_a = - 8,4\ МПа$$

$$LP\ 27_{a}95\ TLE^a\ F_a = A \times LP\ 27_{a}95\ СЕЕ^a\ F_a = 0,95 \times 8183 = 7774\ кН$$

$$LP\ 27_{a}95\ TLE^a\ p_o = A \times LP\ 27_{a}95\ СЕЕ^a\ p_o = 0,95 \times - 8,4 = - 8,0\ МПа$$

На основании СЕЕ^а, определенной изготовителем, в таблице D.16 приведены итоговые точки СЕЕ^а и точки нагрузки 95 % TLE^а. На рисунке D.17 приведены графики СЕЕ^а и точки СЕЕ^а, и TLE^а и точки нагрузки TLE^а. Для большей наглядности векторы, проходящие через точки СЕЕ^а и точки нагрузки TLE^а, на рисунке не показаны.

Точка нагрузки	Область оценки резьбового соединения (CEE)		Область испытательных нагрузок (TLE)	
	Осевая точка F_a , кН	Точка давления p_i или p_o , МПа	Осевое усилие F_a , кН	Нагрузка под давлением p_i или p_o , МПа
10 _{a95}	8638	0	7775	0
11 _{a95}	не применяется	не применяется	7775	19,3
12 _{a95}	не применяется	не применяется	7775	38,6
13 _{a95}	8185	81,3	7775	77,3
14 _{a95}	1635	89,4	6908	84,9
15 _{a95}	7273	98,6	3528	93,6
16 _{a95}	0	89,5	0	85,0
17 _{a95}	- 2273	77,0	- 2157	73,2
18 _{a95}	- 4546	58,8	- 4319	55,9
19 _{a95}	- 6819	32,8	- 6476	31,1
20 _{a95}	- 8185	10,1	- 7775	9,6
21 _{a95}	- 8638	0	- 7775	0
22 _{a95}	- 7606	- 63,0	- 7775	- 63,0
23 _{a95}	- 4319	- 63,0	- 4319	- 63,0
24 _{a95}	0	- 63,0	0	- 63,0
25 _{a95}	2851	- 53,9	2851	- 53,9
26 _{a95}	5787	- 32,8	5787	- 32,8
27 _{a95}	8185	- 8,4	7775	- 8,0

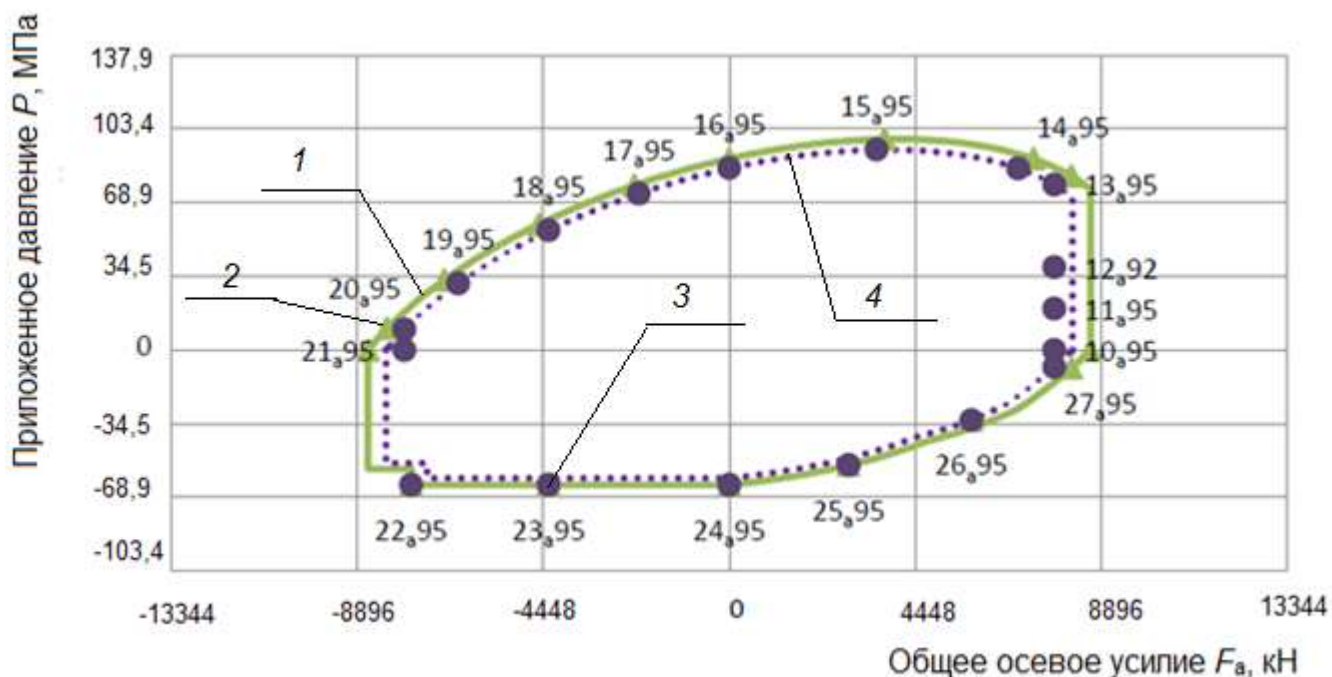

1 – CEE^a; 2 – точки CEE^a; 3 – точки нагрузки TLE^a95; 4 – 95 % CEE^a

Рисунок D.17 – Точки CEE^a и точки нагрузки 95 % TLE^a при температуре окружающей среды

D.5.5 Точки CEE^a и точки нагрузки 90 % TLE^a при температуре окружающей среды

В таблице 8 приведены рассчитанные точки нагрузки 10_{a90} – 27_{a90} для расчета CEE^a F_a и p_i или p_o и TLE^a F_a и p_i или p_o .

Для CEE^a LP 10_{a90} – LP 27_{a90}, LP 10_{a90} и LP 13_{a90} – LP 27_{a90} лежат на CEE^a. LP 11_{a90} и LP 12_{a90} являются функцией LP 13_{a90}.

Примечание – LP 10_{a90} и LP 27_{a90} являются одной точкой, и LP 20_{a90} и LP 21_{a90} являются одной точкой.

Для TLE^a LP 10_{a90} – LP 21_{a90}, LP 10_{a90} и LP 13_{a90} – LP 21_{a90} двухосно масштабируются до точек CEE^a, указанных в таблице 8, с применением указанного двухосного коэффициента масштабирования 90 %. LP 11_{a90} и LP 12_{a90} определяются исходя из TLE^a LP 13_{a90} и не требуют двухосного масштабирования.

TLE^a LP 22_{a90} – LP 27_{a90} двухосно масштабируются до точки CEE^a, указанной в таблице 8; однако коэффициент масштабирования зависит от определяющей эталонной кривой. Для кривой 3^a требуется коэффициент масштабирования 100 %, поскольку кривая наружного давления для труб, стойких к смятию не зависит от фактических размеров испытательного образца или предела текучести материала. Кривые 4^a и 5^a требуют применения двухосного коэффициента масштабирования 90 %, поскольку обе кривые основаны на фактических размерах испытательного образца и пределе текучести материала. LP 23_{a90} – LP 25_{a90} определяются исходя из кривой наружного давления для труб, стойких к смятию (кривая 3^a), поэтому применяется коэффициент масштабирования 100 % (без масштабирования). TLE LP 22_{a90} и 26_{a90} в данном примере требуют специального рассмотрения, и полученные испытательные нагрузки для каждой кривой должны быть сопоставлены, чтобы гарантировать, что испытательный образец испытывается при максимально высокой нагрузке или комбинации нагрузок, насколько это гарантированно возможно на практике. Для LP 27_{a90} наружное давление определяется исходя из кривой фактического VME (кривая 4^a), т.к. при данном уровне осевого усилия не определяется ни одна кривая давления смятия по API. В этой точке CEE^a $p_o = 0$.

CEE^a и TLE^a для LP 22_{a90} могут определяться на основании кривой наружного давления для труб, стойких к смятию (кривая 3^a) или кривой фактического давления смятия по API (кривая 5^a). Как показано в таблице D.17, кривая 5^a получена в результате более высокой нагрузки, но при более низком наружном давлении, чем кривая 3^a. Поскольку испытательный образец специально испытывается на трубах с высоким номинальным давлением смятия, для LP 22_{a90} была выбрана кривая 3^a, и применяется коэффициент

ГОСТ ISO 13679 – 20
(Проект, окончательная редакция)
масштабирования 100 %.

Т а б л и ц а D.17 – Потенциальные точки нагрузки TLE^a LP 22_a90 на основании кривых 3^a, 4^a и 5^a

Потенциальная СЕЕ ^a	Область оценки резьбового соединения (СЕЕ)		Область испытательных нагрузок (TLE)		Коэффициент масштабирования
	Осевая точка, кН	Точка давления, МПа	Осевое усилие, кН	Нагрузка под давлением, МПа	
Кривая 3 ^a	- 7606	- 63,0	- 7606	- 63,0	B = 100 %
Кривая 4 ^a	- 8638	- 85,4	- 7775	- 76,9	B = 90 %
Кривая 5 ^a	- 8638	-55,4	- 7775	- 50,0	B = 90 %

Несмотря на то, что СЕЕ^a для LP 26_a90 определяется кривой фактического давления смятия по API (кривая 5^a), самое высокое сочетание нагрузок TLE^a, которое гарантированно возможно на практике, основывается на кривой фактического VME (кривая 4^a). Как показано в таблице D.18, кривая 3^a получена в результате более высокого испытательного давления, чем кривая 5^a, в тоже время кривая 4^a получена в результате меньшего испытательного давления, чем кривая 3^a. Поскольку СЕЕ определяется как мин. [кривая 4^a, макс. (кривая 3^a, кривая 5^a)], для LP 26_a90 применяется кривая фактического VME (кривая 4^a) и двухосный коэффициент масштабирования 90 %.

Т а б л и ц а D.18 – Потенциальные точки нагрузки TLE^a LP 26_a90 на основании кривых 3^a, 4^a и 5^a

Потенциальная СЕЕ ^a	Область оценки резьбового соединения (СЕЕ)		Область испытательных нагрузок (TLE)		Коэффициент масштабирования
	Осевая точка, кН	Точка давления, МПа	Осевое усилие, кН	Нагрузка под давлением, МПа	
Кривая 3 ^a	5787	- 4755	5787	- 32,8	B = 100 %
Кривая 4 ^a	6432	- 4859	5787	- 30,2	B = 90 %
Кривая 5 ^a	6432	- 4589	5787	- 28,5	B = 90 %

Пример расчетов для LP 13_a90:

$$LP\ 13_{a90}\ СЕЕ^a\ F_a = 0,90/0,90 \times СЕЕ^a\ t = 0,90/0,90 \times 8638 = 8638\ кН$$

$$LP\ 13_{a90}\ СЕЕ^a\ p_i = 100\ \% \ СЕЕ^a\ p_i \text{ или } LP\ 13_{a90}\ СЕЕ^a\ F_a = 75,2\ МПа$$

$$LP\ 13_{a90}\ TLE^a\ F_a = 0,90 \times LP\ 13_{a90}\ СЕЕ^a\ F_a = 0,90 \times 8638 = 7774\ кН$$

$$LP\ 13_{a90}\ TLE^a\ p_i = 0,90 \times LP\ 13_{a90}\ СЕЕ^a\ p_i = 0,90 \times 89,7 = 77,3\ МПа$$

Пример расчетов для LP 25_a90 (для кривой 3^a, B = 1,00):

$$LP\ 25_{a90}\ СЕЕ^a\ F_a = 0,33/B \times СЕЕ^a\ t = 0,33/1,00 \times 8638 = 2851\ кН$$

$$LP\ 25_{a90}\ СЕЕ^a\ p_o = 100\ \% \ СЕЕ^a\ p_o \text{ или } LP\ 25_{a90}\ СЕЕ^a\ F_a = - 53,9\ МПа$$

$$LP\ 25_{a90}\ TLE^a\ F_a = B \times LP\ 25_{a90}\ СЕЕ^a\ t = 1,00 \times 2850,5 = 2850,5\ кН$$

$$LP\ 25_{a90}\ TLE^a\ p_o = B \times LP\ 25_{a90}\ СЕЕ^a\ p_o = 1,00 \times - 53,9 = - 53,9\ МПа$$

Пример расчетов для LP 29_a90:

LP 29_a90 CEE^a F_a = не применимо

LP 29_a90 CEE^a p_i = не применимо

LP 29_a90 TLE^a p_i = 0,20 × LP 14_a90 TLE^a p_i = 0,20 × 77,7 = 15,5 МПа

LP 29_a90 F_{CEPL} = LP 29_a90 TLE^a p_i × ($\pi/4 \times d_{avg}^2$) = 15,5 × ($\pi/4 \times 218,8^2$) = 587 кН


LP 29_a90 TLE^a F_a = LP 28_a90 TLE^a F_a + LP 29_a90 F_{CEPL} = 3985,6 + 587,2 = 4573 кН

На основании CEE^a, определенной изготовителем, в таблице D.19 приведены полученные точки CEE^a и точки нагрузки 90 % TLE^a при температуре окружающей среды.

На рисунке D.18 приведены графики CEE^a и точек CEE^a, TLE^a и точек нагрузки TLE^a.

Т а б л и ц а D.19 – Точки 90 % CEE^a и точки нагрузки TLE^a при температуре окружающей среды

Точка нагрузки	Область оценки резьбового (CEE)		Область испытательных нагрузок (TLE)	
	Осевая точка F_a , кН	Точка давления p_i или p_o , МПа	Осевое усилие F_a , кН	Нагрузка под давлением p_i или p_o , МПа
10 _a 90	8638	0	7775	0
11 _a 90	не применяется	не применяется	7775	16,9
12 _a 90	не применяется	не применяется	7775	33,8
13 _a 90	8638	75,2	7775	67,7
14 _a 90	7678	86,3	6908	77,7
15 _a 90	3710	98,6	3336	88,7
16 _a 90	0	89,5	0	80,6
17 _a 90	- 2398	76,2	- 2157	68,5
18 _a 90	- 4800	56,4	-4319	50,8
19 _a 90	- 7197	27,2	- 6477	24,5
20 _a 90	- 8638	0	- 7775	0
21 _a 90	- 82905	0	- 7775	0
22 _a 90	- 37792	- 63,0	- 7606	- 63,0
23 _a 90	- 19212	- 63,0	- 4319	- 63,0
24 _a 90	0	- 63,0	0	- 63,0
25 _a 90	12682	- 53,9	2851	- 53,9
26 _a 90	28611	- 33,5	5787	- 30,2
27 _a 90	38424	0	7775	0
28 _a 90	не применяется	не применяется	3986	0
29 _a 90	не применяется	не применяется	4573	15,5
30 _a 90	не применяется	не применяется	3123	77,7
31 _a 90	не применяется	не применяется	783	15,5

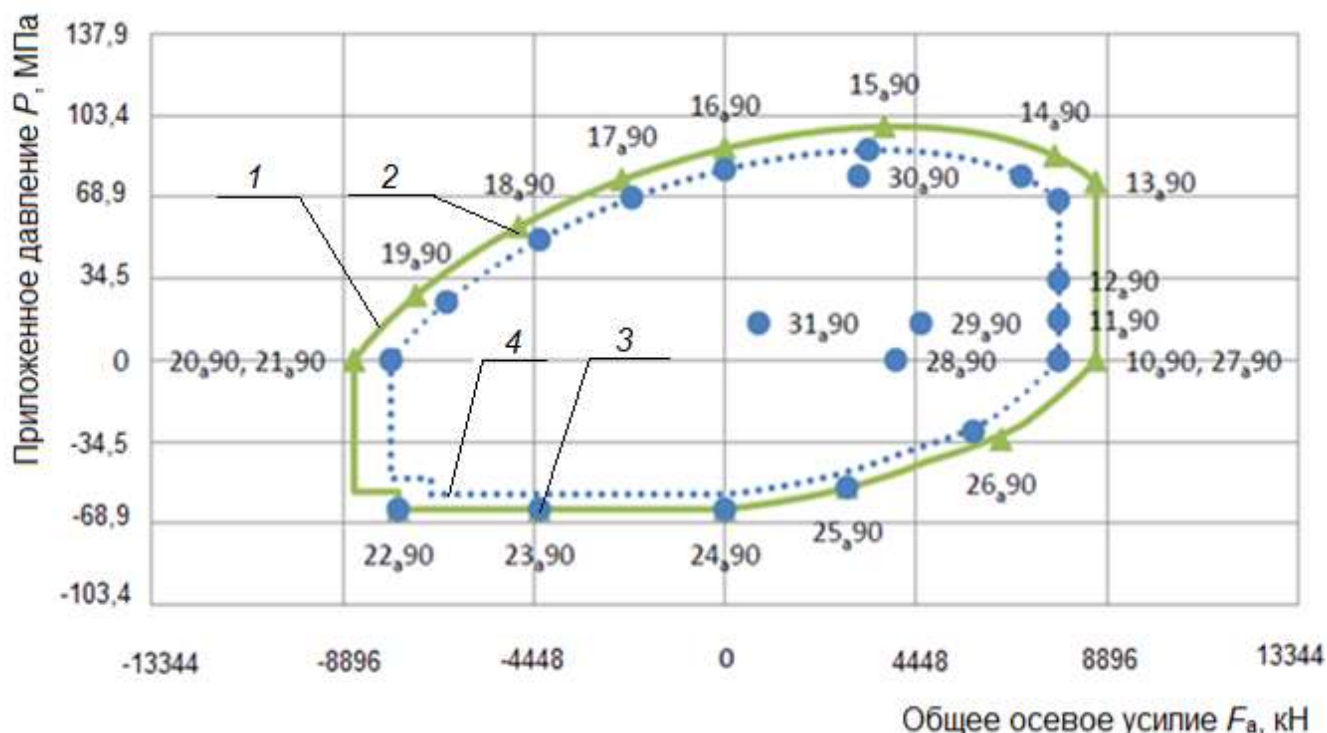

1 – CEE^a; 2 – точки CEE^a; 3 – точки TLE^a90; 4 – 90% CEE^a

Рисунок D.18 – Точки CEE^a и точки нагрузки 90 % TLE^a при температуре окружающей среды

D.5.6 Точки нагрузки TLE при 65 °C

LP 13_{Cycle} устанавливается при температуре 65 °C путем линейной интерполяции между TLE при температуре окружающей среды и TLE при повышенной температуре в соответствии с таблицей 7. Для этого коэффициент K_{65} линейно интерполируют из K_{temp} на основе максимальной температуры 65 °C. Этот коэффициент может быть использован для интерполяции эталонных кривых тела трубы из кривых тела трубы при температуре окружающей среды, с применением методики, представленной в D.4, но с заменой K_{temp} на K_{65} . Предполагая, что для данного примера предел текучести материала при температуре окружающей среды был определен при 23,8 °C, полученная формула для расчетного K_{65} выглядит следующим образом:

$$K_{65} = 1 - [(1 - K_{temp}) \times (65 - 23,8) / (\text{макс. темп.} - 23,8)]$$

На основании параметров, приведенных в таблице D.12, K_{65} равен:

$$K_{65} = 1 - [(1 - 0,8864) \times (65 - 23,8) / (195 - 23,8)] = 0,9723$$

Из таблицы 7, LP 13_{Cycle} линейно интерполируется между LP 13_e90, определенной по таблице D.23, и LP 13_a90, определенной по таблице D.19, с применением K_{65} :

$$LP\ 13_{Cycle}\ TLE\ F_a = LP\ 13_{e}90\ TLE^e\ F_a + (K_{65} - K_{temp}) / (1 - K_{temp}) \times (LP\ 13_{e}90\ TLE^a\ F_a - LP\ 13_{e}90\ TLE^e\ F_a) = 6890 + (0,9723 - 0,8864) / (1 - 0,8864) \times (7776 - 6890) = 6890 + 0,7565 \times 885 =$$

7557 кН

$$LP\ 13_{Cycle}\ TLE\ P_i = LP\ 13_{e90}\ TLE^e\ P_i + (K_{65} - K_{temp}) / (1 - K_{temp}) \times (LP\ 13_{e90}\ TLE^a\ P_i - LP\ 13_{e90}\ TLE^e\ P_i) = 60,0 + (0,9723 - 0,8864) / (1 - 0,8864) \times (67,7 - 60,0) = 60,0 + 0,7565 \times 7,72 = 65,8\ МПа$$

В таблице D.20 приведена полученная точка нагрузки TLE при 65 °С.

Т а б л и ц а D.20 — Точка нагрузки TLE при 65 °С

Точка нагрузки	Область испытательных нагрузок (TLE)	
	Осевая нагрузка F_a , кН	Нагрузка под давлением p_i или p_o , МПа
13 _{Cycle}	7559	65,8

D.5.7 Точки CEE^e и точки нагрузки 90 % TLE^e при повышенной температуре

В таблице 8 приведены рассчитанные точки нагрузки 10_e – 27_e для расчета CEE^e F_a и p_i или p_o и TLE^e F_a и p_i или p_o . Изготовитель самостоятельно определяет CEE^e. В результате, CEE^e может не зависеть от CEE^a.

В данном примере, CEE^e связана с CEE^a разницей в пределах текучести материала при температуре окружающей среды и при повышенной температуре, поэтому осевые LP 10_e – LP 21_e CEE^e устанавливаются путем умножения каждой CEE^a F_a на коэффициент масштабирования при повышенной температуре.

Из таблицы D.12:

$$- CEE^e\ t = CEE^a\ t \times K_{195} = 8638 \times 0,8864 = 7657\ кН;$$

$$- CEE^e\ c = CEE^a\ c \times K_{195} = - 8638 \times 0,8864 = - 7657\ кН$$

Для CEE^e LP 10_e – LP 27_e, LP 10_e и LP 13_e – LP 27_e лежат на CEE^e. LP 11_e и LP 12_e являются функцией LP 13_e.

П р и м е ч а н и е – LP 10_e и LP 27_e являются одной точкой, и LP 20_e и LP 21_e являются одной точкой.

Для TLE^e LP 10_e – LP 21_e, LP 10_e и LP 13_e – LP 21_e двухосно масштабируются до точки CEE^e, указанной в таблице 8, с применением указанного двухосного коэффициента масштабирования 90 %. LP 11_e и LP 12_e определяются исходя из TLE^e LP 13_e и не требуют двухосного масштабирования.

TLE^e LP 22_e – LP 27_e двухосно масштабируются до точки CEE^e, указанной в таблице 8; однако, коэффициент масштабирования зависит от определяющей эталонной кривой. Для кривой 3^e требуется коэффициента масштабирования 100 %, поскольку кривая наружного давления для труб, стойких к смятию не зависит от фактических размеров испытательного образца или предела текучести материала. Для кривых 4^e и 5^e требуется двухосный коэффициент масштабирования 90 %, поскольку обе кривые определяются

исходя из фактических размерах испытательного образца и пределе текучести материала. LP 23^e – LP 25^e определяются исходя из кривой наружного давления для труб, стойких к смятию (кривая 3^e); поэтому применяется коэффициент масштабирования 100 % (без масштабирования). Как и ранее в данном примере, TLE LP 22^e и LP 26^e требует специального рассмотрения, и полученные испытательные нагрузки для каждой кривой должны быть сопоставлены, чтобы гарантировать, что испытательный образец испытывается при максимально высокой нагрузке или при комбинации нагрузок, насколько это гарантированно возможно на практике. LP 27^e определяется исходя из кривой фактического VME (кривая 4^e), т.к. при данном уровне осевого усилия не определена ни одна кривая давления смятия по API. В данной точке CEE^a $p_o = 0$.

CEE^e и TLE^e для LP 22^e могут быть основаны на кривой наружного давления для труб, стойких к смятию (кривая 3^e) или на кривой фактического давления смятия по API (кривая 5^e). Как показано в таблице D.21, кривая 5^e получена в результате более высокой нагрузки, но при более низком наружном давлении, чем кривая 3^e. Поскольку испытательный образец специально испытывается на трубах с высоким номинальным давлением смятия, для LP 22^e была выбрана кривая 3^e, и применяется коэффициент масштабирования 100 %.

Т а б л и ц а D.21 – Потенциальные точки нагрузки LP 22^e TLE^e, на основании кривых 3^e, 4^e и 5^e

Потенциальная CEE ^a	Область оценки резьбового соединения (CEE)		Область испытательных нагрузок (TLE)		Коэффициент масштабирования
	Осевая точка, кН	Точка давления, МПа	Осевое усилие, кН	Нагрузка под давлением, МПа	
Кривая 3 ^e	- 6744	- 55,9	- 6744	- 55,9	B = 100 %
Кривая 4 ^e	- 7655	- 75,7	- 6890	- 68,1	B = 90 %
Кривая 5 ^e	- 7655	- 49,2	- 6890	- 44,3	B = 90 %

Несмотря на то, что CEE^e для LP 26^e определяется кривой фактического давления смятия по API (кривая 5^e), самое высокое сочетание нагрузок TLE^e, которое гарантированно возможно на практике, получается из кривой фактического VME (кривая 4^e). Как показано в таблице D.22, кривая 3^e получена в результате более высокого испытательного давления, чем кривая 5^e, в тоже время кривая 4^e получена в результате меньшего испытательного давления, чем кривая 3^e. Поскольку CEE определяется как мин. [кривая 4^e, макс. (кривая 3^e, кривая 5^e)], для LP 26^a90 используется кривая фактического VME (кривая 4^e) и двухосный коэффициент масштабирования 90 %.

Т а б л и ц а D.22 – Потенциальные точки нагрузки LP 26^e TLE^e на основании кривых 3^e, 4^e и 5^e

Потенциальная CEE ^a	Область оценки резьбового соединения (CEE)		Область испытательных нагрузок (TLE)		Коэффициент масштабирования
	Осевая точка, кН	Точка давления, МПа	Осевое усилие, кН	Нагрузка под давлением, МПа	
Кривая 3 ^e	5129	-29,1	5129	-29,1	B = 100 %
Кривая 4 ^e	5698	-29,7	5129	-26,7	B = 90 %
Кривая 5 ^e	5698	-28,0	5129	-25,2	B = 90 %

Пример расчетов для LP 13^e:

$$LP\ 13_e\ CEE^e\ F_a = 0,90/0,90 \times CEE^e\ t = 0,90/0,90 \times 7655 = 7655\ кН$$

$$LP\ 13_e\ CEE^e\ p_i = 100\ \% \ CEE^e\ p_i \text{ или } LP\ 13_e\ CEE^e\ F_a = 66,7\ МПа$$

$$LP\ 13_e\ TLE^e\ F_a = 0,90 \times LP\ 13_e\ CEE^e\ t = 0,90 \times 7655 = 6890\ кН$$

$$LP\ 13_e\ TLE^e\ p_i = 0,90 \times LP\ 13_e\ CEE^e\ p_i = 0,90 \times 66,7 = 60,0\ МПа$$

Пример расчетов для LP 25^e (для кривой 4^e, B = 1,00):

$$LP\ 25_e\ CEE^e\ F_a = 0,33/B \times CEE^e\ t = 0,33/1,00 \times 7655 = 2526\ кН$$

$$LP\ 25_e\ CEE^e\ p_o = 100\ \% \ CEE^e\ p_o \text{ или } LP\ 25_e\ CEE^e\ F_a = -47,6\ МПа$$


$$LP\ 25_e\ TLE^e\ F_a = B \times LP\ 25_e\ CEE^e\ F_a = 1,00 \times 2526 = 2526\ кН$$

$$LP\ 25_e\ TLE^e\ p_o = B \times LP\ 25_e\ CEE^e\ p_o = 1,00 \times -47,6 = -47,6\ МПа$$

На основе CEE^e, определенной изготовителем, в таблице D.23 приведены полученные точки CEE^e и точки нагрузки 90 % TLE^e при повышенной температуре. На рисунке D.19 приведены графики CEE^e и точек CEE^e и TLE^e и точек нагрузки TLE^e.

Т а б л и ц а D.23 – Точки 90 % CEE^e и точки нагрузки TLE^e при повышенной температуре

Точка нагрузки	Область оценки резьбового соединения (CEE)		Область испытательных нагрузок (TLE)	
	Осевая точка F _a , кН	Точка давления p _i или p _o , МПа	Осевое усилие F _a , кН	Нагрузка под давлением p _i или p _o , МПа
10 ^e	7655	0	6890	0
11 ^e	не применяется	не применяется	6890	15,0
12 ^e	не применяется	не применяется	6890	30,0
13 ^e	7655	66,7	6890	60,0
14 ^e	6806	76,5	6125	68,9
15 ^e	3287	87,4	2958	78,6
16 ^e	0	79,3	0	71,4
17 ^e	-2126	67,5	-1913	60,8
18 ^e	-4252	50,0	-3830	45,0
19 ^e	-6379	24,1	-5743	21,7
20 ^e	-7655	0	-6890	0
21 ^e	-7655	0	-6890	0
22 ^e	-6744	-55,9	-6744	-55,9
23 ^e	-3830	-55,9	-3830	-55,9
24 ^e	0	-55,9	0	-55,9
25 ^e	2527	-47,7	2527	-47,6
26 ^e	5698	-29,7	5129	-26,7
27 ^e	7655	0	6890	0

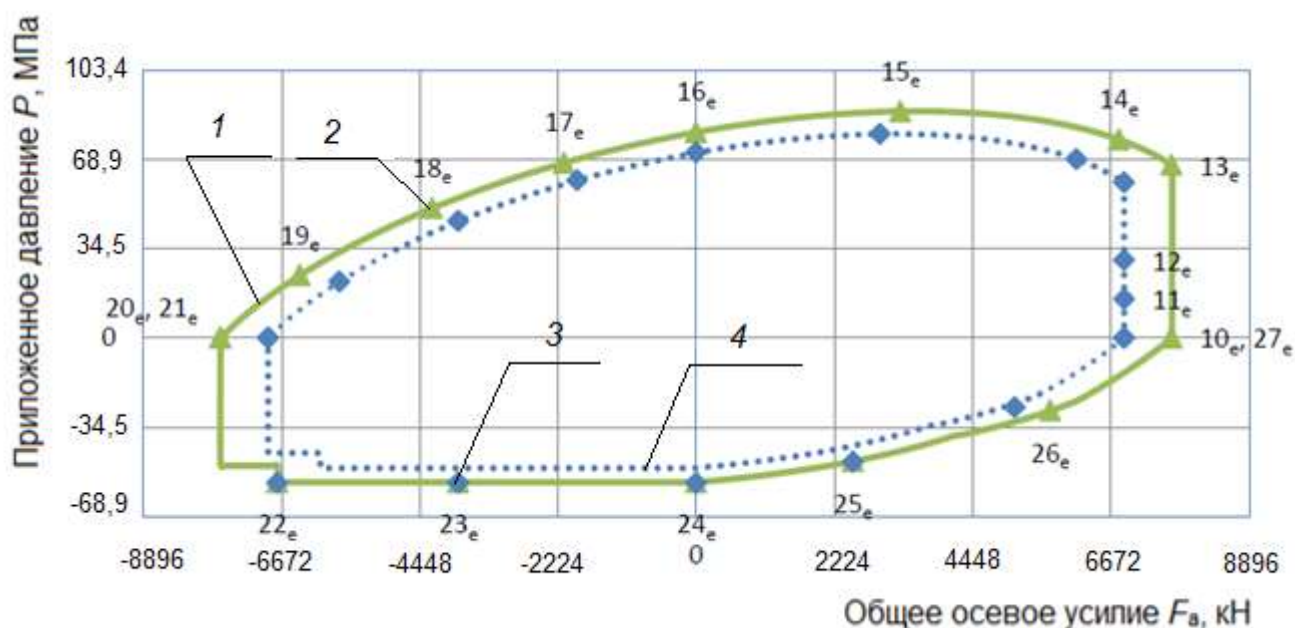

1 – CEE^e; 2 – точки CEE^e; 3 – точки TLE^e; 4 – 90% CEE^e

Рисунок D.19 – Точки 90 % CEE^e и точки нагрузки TLE^e при повышенной температуре

D.6 Графики нагрузок при CAL IV

D.6.1 Общие положения

Как показано на рисунке 3, графики нагрузок основаны TLE при температуре окружающей среды и при повышенной температуре. В настоящем разделе приведены графики нагрузок для испытаний серии А, серии В и серии С при CAL IV, составленные по точкам нагрузки TLE, определенным в D.5 и D.6. Графики нагрузок составлены в той же последовательности, что и порядок испытаний при CAL IV в соответствии с рисунком 7. Приведены рекомендуемые траектории нагрузок по графику испытаний. Траектории нагрузок приведены в информационных целях, т.к. для данной точки нагрузки может существовать несколько подходящих траекторий. Кроме того, нагрузки в некоторых последовательно определенных точках нагрузки совпадают, эти повторяющиеся этапы нагрузки не были удалены.

D.6.2 Графики нагрузок TS-B

D.6.2.1 Общие положения

Конкретные этапы нагрузок, необходимые для выполнения TS-B при CAL IV в соответствии с требованиями 7.3.4 и таблицы 11, приведены в таблицах D.25 – D.28 и на рисунках D.20 – D.23. Для обеспечения большей наглядности, в данном примере TS-B был разбит на четыре цикла испытаний.

При определении графиков нагрузок серии В при CAL IV были применены следующие допущения:

- а) фактическое среднее значение внутреннего диаметра трубы D_i (d_{avg}),

используемое для расчета нагрузки от давления на конце с торцевой заглушкой (CEPL) для этапов нагрузок внутренним давлением, равно 218,87 мм;

b) эквивалентная изгибающая нагрузка основана на изгибающем напряжении на D_o трубы. Для расчета эквивалентной изгибающей нагрузки используется измеренное максимальное среднее значение наружного диаметра трубы D_o (D_{avg}) и фактическое среднее значение внутреннего диаметра трубы D_i (d_{avg});

c) параметры трубы, используемые для расчета графиков нагрузок TS-B при CAL IV, приведены в таблице D.24.

П р и м е ч а н и е – В зависимости от конструкции резьбового соединения, D_i , используемый для расчетов CEPL, может отличаться от среднего значения внутреннего диаметра трубы D_i , в частности для резьбовых соединений с упорным заплечиком.

Т а б л и ц а D.24 – Пример параметров трубы, используемых для расчета графиков нагрузок

Номинальный наружный диаметр	Номинальная толщина стенки	SMYS	D_{avg}	t_{min}	t_{avg}	AMYS ^a	K_{temp}	K_{hc}	E
244,48 мм	13,84 мм	758 МПа	246,30 мм	12,88 мм	13,72 мм	862 МПа	0,8864	63,0	206842 МПа

D.6.2.2 Вывод формул, используемых при расчете изгиба испытательного образца тела трубы

Точки нагрузки TLE, включая изгиб, требуют особого рассмотрения. Целью является проведение испытания в определенной точке нагрузки TLE F_a и p_i .

$$F_a = F_i + F_{CEPL} \pm F_b \quad (D.1)$$

В результате, нагрузка, создаваемая нагрузочным устройством (F_i), должна быть скорректирована на основе эквивалентной изгибающей нагрузки (F_b), чтобы нагрузка F_a оставалась на заданном уровне. Как указано в 7.3.4, перечисление а), эквивалентная изгибающая нагрузка (F_b) должна быть ограничена во избежание перегрузки на наружной или внутренней стороне трубы, в зависимости от конкретной точки нагрузки.

Для точек СЕЕ и точек нагрузки TLE 13_b и 14_b, значение F_a определяется на наружной стороне трубы (F_{ae}). Однако, для расчетов допустимой изгибающей нагрузки (F_b), необходимо также рассчитать допустимую осевую нагрузку на внутренней стороне трубы (F_{ai}) для каждой точки нагрузки TLE.

Для точек СЕЕ и точек нагрузки TLE 16_b – 20_b, значение F_a определяется на во внутренней гнутой стороне трубы (F_{ai}). Однако, для расчетов допустимой изгибающей нагрузки F_b необходимо также рассчитать допустимую осевую нагрузку на наружной стороне трубы (F_{ae}) для каждой точки нагрузки TLE.

$$F_{ae} = F_i + F_{CEPL} + F_b \quad (D.2)$$

$$F_{ai} = F_i + F_{CEPL} - F_b \quad (D.3)$$

Для данного примера считается, что резьбовое соединение передает изгиб на тело трубы, и изгибающая нагрузка, действующая на резьбовое соединение, равна нагрузке, действующей на трубу.

Примечание – Данное предположение может быть не корректным для конкретных резьбовых соединений, особенно для равнопроходного резьбового соединения и полуравнопроходного резьбового соединения; могут потребоваться дополнительные расчеты для обеспечения надлежащего нагружения резьбовых соединений (например, СЕЕ может отличаться для нагрузок с изгибом и без изгиба).

Для определения составляющей осевого напряжения, вызванной изгибом, в испытательном образце тела трубы, формула (6) взята непосредственно из ISO/TR 10400:2018.

$$\sigma_b = \pm M_{br}/I = \pm Ecr \quad (6)$$

[ISO/TR 10400:2018]

Максимальное изгибающее напряжение трубы возникает при $r = D_{avg}/2$. В результате, радиус кривизны c в результате изгибающего напряжения трубы можно найти, перформулировав формулу (6) следующим образом:

$$c = (2 \times \sigma_b)/(E \times D_{avg}) \quad (D.4)$$

Единицы измерения c – радианы на единицу длины. Если σ_b и E выражены в МПа, а r выражены в мм, c выражен в радианах на мм. Традиционно c выражен в единицах $^{\circ}/30$ м и называется «прогиб». В результате, для преобразования c в D_{leg} требуется пересчет единиц измерения.

$$D_{leg} = c \times (30 \times 180/\pi), \text{ при этом } D_{leg} \text{ в единицах } ^{\circ}/30 \text{ м (D.5)}$$

и

$$F_b = \pm \sigma_b \times A_p = \pm E_{cr} \times A_p = \pm D_{leg}/(30 \times 180/\pi) \times E \times D_{av} / 2 \times A_p \quad (D.6)$$

$$D_{leg} = |F_b| \times (30 \times 180/\pi)/(E \times D_{avg}/2 \times A_p) \quad (D.7)$$

Примечание – Формула (4) из 5.9.3.4 API 5С3 используется для расчета эквивалентного осевого усилия изгиба в единицах измерения кН и является той же формулой (D.7).

$$F_b = 9,13857 \times 10^{-7} \times (t_{avg} D_{avg}^2 - t_{avg}^2 D_{avg}) \times E \times D_{leg} \quad (4)$$

[API 5С3]

где F_b – эквивалентное осевое усилие изгиба, кН;

t_{avg} – измеренная средняя толщина стенки испытательного образца, мм;

D_{avg} – максимальный из средних измеренных наружных диаметров испытательного образца трубы, в установленных плоскостях, мм;

D_{leg} – эффективная степень искривления, °/30 м;

E – модуль упругости материала тела трубы, МПа (см. 5.5.2).

Формула (4) из 5.9.3.4 API 5C3 была выведена с использованием следующего выражения:

$$\sigma_a = \sigma_b \quad (D.8)$$

$$\frac{F_b}{A_p} = \frac{M \times c}{I} \quad (D.9)$$

$$F_b = \frac{M \times OD \times A_p}{2I} \quad (D.10)$$

$$M[ft - lbs] = 4,84815 \times 10^{-5} \times E \times I \times D_{leg} \quad (D.11)$$

$$F_b = \frac{4,84815 \times 10^{-5} \times E \times I \times D_{leg} \times OD \times A_p \times 12}{2I} \quad (D.12)$$

$$A_p = \frac{\pi}{4}(OD^2 - ID^2) \quad (D.13)$$

$$A_p = \frac{\pi}{4}[OD^2 - (OD - 2t)^2] \quad (D.14)$$

$$F_b = \frac{4,84815 \times 10^{-5} \times E \times I \times D_{leg} \times \pi \times [OD^2 - (OD - 2t)^2] \times OD \times 12}{8I} \quad (D.15)$$

Как указано в настоящем стандарте, изгиб TLE ограничивается меньшим из:


- $D_{leg} = 20^\circ/30$ м
- $F_b = \pm 40 \% \times (F_t - F_c)/2$;
- $F_b = \pm 40 \% \times (CEE_t - CEE_c)/2$;
- $F_b = \pm \frac{TLE F_{ae} - TLE F_{ai}}{2}$.

Для данного примера используется модуль упругости (E) из API 5C3 (приложение F); однако фактический модуль упругости при температуре окружающей среды (E^a) и фактический модуль упругости при повышенной температуре (E^e) могут быть определены и использованы в расчетах в соответствии с 5.5.1.

D.6.2.3 Уровень 80 % TS-B при температуре окружающей среды без изгиба (QI, QII)

Как показано на рисунке D.20 и в таблице D.25, протокол испытаний при CAL IV начинается с TS-B, который включает серию точек нагрузки QI/QII в направлении CCW на уровне 80 % при температуре окружающей среды. Изгиб не применяется, а периоды выдержки длятся 2 мин, т.е. целью данного цикла испытаний является умеренная механическая нагрузка резьбовых соединений, для выявления значительного нарушения герметичности. Целью данного цикла испытаний не является оценка резьбовых

соединений на абсолютную герметичность. Оценка герметичности должна производиться одним из методов выявления утечек, приведенных в 5.7.

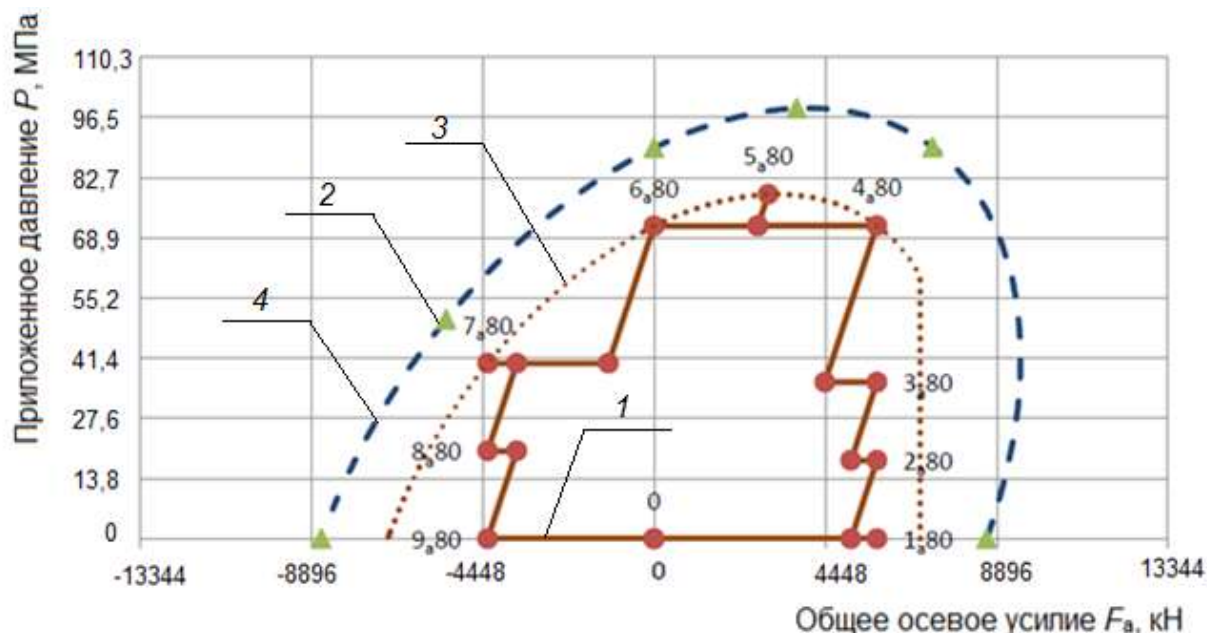

1 – точки TLE^a80; 2 – точки CEE^a; 3 – 80% CEE^a; 4 – кривая 4^a

Рисунок D.20 – B^a 80 % (QI, QII), TS-B этапы нагрузки 1 – 19


Т а б л и ц а D.25 – Уровень 80 % TS-B при температуре окружающей среды

Начало TS-B при CAL IV с B ^a 80 % (QI, QII)										
Система выявления утечек под внутренним давлением для TS-B и TS-C										
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	CEPL, кН	Изгибающая нагрузка резьбового соединения, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Прогиб, °/30 м	CAL IV		Направление
								Температура, °C	Время выдержки, мин	
1	0	0	0	0	0	0	0	Окружающей среды	-	CCW (уровень 80 %) См. таблицу 11, таблицу D.13, и рисунок D.20
2	1 _a 80	5787	0	0	5787	0	0		2	
3	Переход	5111	0	0	5111	0	0		-	
4	2 _a 80	5787	676	0	5111	17,9	0		2	
5	Переход	5111	676	0	4439	17,9	0		-	
6	3 _a 80	5787	1348	0	4439	35,9	0		2	
7	Переход	4439	1348	0	3087	35,9	0		-	
8	4 _a 80	5787	2700	0	3087	71,7	0		2	
9	Переход	2700	2700	0	0	71,7	0		-	
10	5 _a 80	2967	2967	0	0	78,9	0		2	
11	Переход	2696	2696	0	0	71,6	0		-	
12	6 _a 80	0	2696	0	-2696	71,6	0		2	
13	Переход	-1183	1512	0	-2696	40,2	0		-	
14	7 _a 80	-4319	1512	0	-5832	40,2	0		2	
15	Переход	-3563	1512	0	-5075	40,2	0		-	
16	8 _a 80	-4319	756	0	-5075	20,1	0		2	
17	Переход	-3563	756	0	-4319	20,1	0		-	
18	9 _a 80	-4319	0	0	-4319	0	0		2	
19	0	0	0	0	0	0	0		-	

Конец B^a 80 % (QI, QII)

D.6.2.4 Уровень 95 % TS-B при температуре окружающей среды без изгиба (QI, QII, QI)

Как показано на рисунке D.21 и в таблице D.26, испытания TS-B при CAL IV продолжаются последовательностью точек нагрузки QI/QII в направлении CCW и CW (для оценки зависимости от траектории нагрузки) на уровне 95 % при температуре окружающей среды. По-прежнему не применяются изгибающие нагрузки, и большинство точек выдержки требуют оценки герметичности. Оценка герметичности должна производиться одним из методов выявления утечек, приведенных в 5.7.

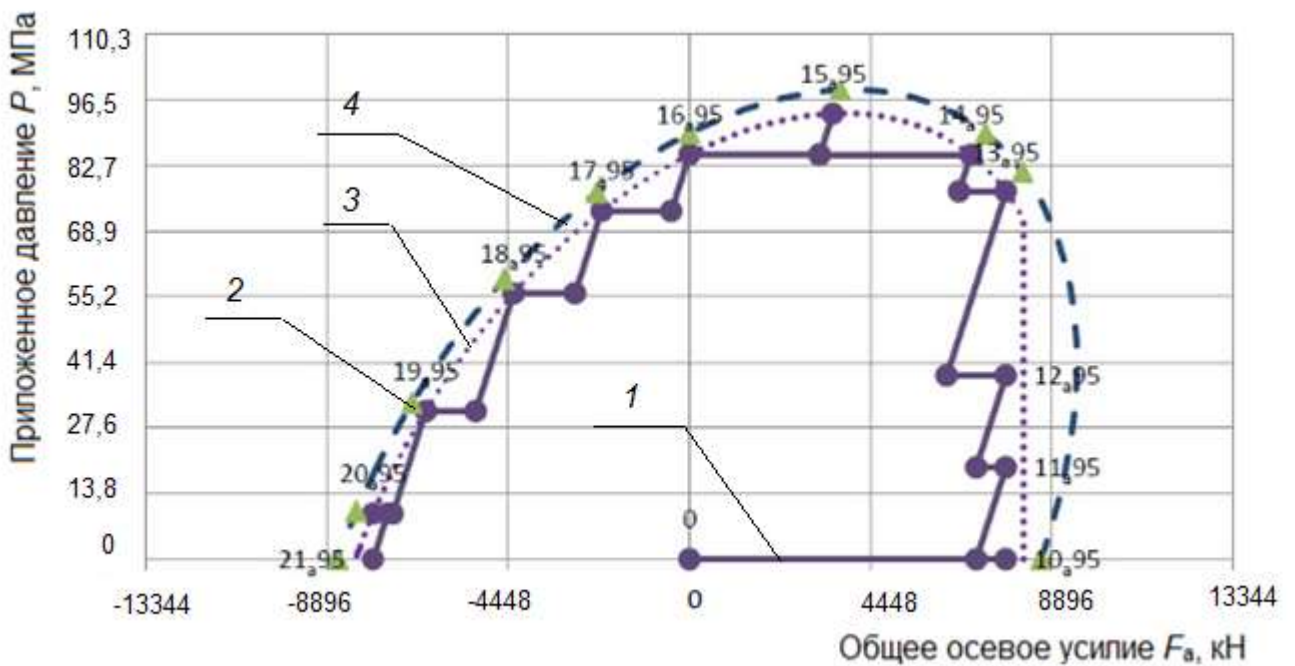

1 – точки TLE^a95; 2 – точки CEE^a; 3 – 95% CEE^a; 4 – кривая 4^a

Рисунок D.21 – B^a 95 % (QI, QII, QI), TS-B этапы нагрузки 20 – 66

Продолжение TS-B при CAL IV с B ^a 95 % (QI, QII, QI)										
Система выявления утечек под внутренним давлением для TS-B и TS-C										
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	SEPL, кН	Изгибающая нагрузка резьбового соединения, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Прогиб, °/30 м	CAL IV	Время выдержки, мин	Направление
								Температура, °C		
20	0	0	0	0	0	0	0	Окружающей среды	-	CCW (уровень 95 %)
21	10 _a 95	7775	0	0	7775	0	0		2	
22	Переход	7046	0	0	7046	0	0		-	
23	11 _a 95	7775	725	0	7046	19,3	0		5	
24	Переход	7046	725	0	6321	19,3	0		-	
25	12 _a 95	7775	1455	0	6321	38,6	0		5	
26	Переход	6321	1455	0	4866	38,6	0		-	
27	13 _a 95	7775	2909	0	4866	77,3	0		5	
28	Переход	6623	2909	0	3714	77,3	0		-	
29	14 _a 95	6908	3194	0	3714	84,9	0		5	
30	Переход	3194	3194	0	0	84,9	0		-	
31	15 _a 95	3523	3523	0	0	93,6	0		5	
32	Переход	3198	3198	0	0	85,0	0		-	
33	16 _a 95	0	3198	0	-3198	85,0	0		5	
34	Переход	-445	2753	0	-3198	73,2	0		-	
35	17 _a 95	-2157	2753	0	-4911	73,2	0		5	
36	Переход	-2807	2104	0	-4911	55,9	0		-	
37	18 _a 95	-4319	2104	0	-6423	55,9	0		5	
38	Переход	-5253	1170	0	-6423	31,1	0		-	
39	19 _a 95	-6477	1170	0	-7651	31,1	0		5	
40	Переход	-7286	360	0	-7651	9,6	0		-	
41	20 _a 95	-7775	360	0	-8136	9,6	0		5	
42	Переход	-7415	360	0	-7775	9,6	0		-	
43	21 _a 95	-7775	0	0	-7775	0	0		2	
44	Переход	-7415	360	0	-7775	9,6	0		-	
45	20 _a 95	-7775	360	0	-8136	9,6	0		5	
46	Переход	-7286	360	0	-7651	9,6	0		-	
47	19 _a 95	-6477	1170	0	-7651	31,1	0		5	
48	Переход	-5253	1170	0	-6423	31,1	0		-	
49	18 _a 95	-4319	2104	0	-6423	55,9	0		5	
50	Переход	-2807	2104	0	-4911	55,9	0		-	
51	17 _a 95	-2157	2753	0	-4911	73,2	0		5	
52	Переход	-445	2753	0	-3198	73,2	0		-	
53	16 _a 95	0	3198	0	-3198	85,0	0		5	
54	Переход	3198	3198	0	0	85,0	0		-	
55	15 _a 95	3523	3523	0	0	93,6	0		5	
56	Переход	3194	3194	0	0	84,9	0		-	
57	14 _a 95	6908	3194	0	3714	84,9	0		5	
58	Переход	6623	2909	0	3714	77,3	0		-	
59	13 _a 95	7775	2909	0	4866	77,3	0		5	
60	Переход	6321	1455	0	4866	38,6	0		-	
61	12 _a 95	7775	1455	0	6321	38,6	0		5	
62	Переход	7046	725	0	6321	19,3	0		-	
63	11 _a 95	7775	725	0	7046	19,3	0		5	
64	Переход	7046	0	0	7046	0	0		-	
65	10 _a 95	7775	0	0	7775	0	0		2	
66	0	0	0	0	0	0	0		-	


Конец B^a 95 % (QI, QII, QI)**D.6.2.5 Уровень 90 % TS-B при повышенной температуре с изгибом (QI, QII, QI)**

Как показано на рисунке D.22 и в таблице D.27, TS-B при CAL IV продолжается

испытанием под внутреннем давлением. С последовательностью точек нагрузки QI/QII вводится воздействие повышенной температуры и изгибающей нагрузки в направлении CCW и CW (для оценки зависимости от траектории нагрузки) на уровне 90 %. Большинство точек выдержки требуют оценки герметичности. Оценка герметичности должна производиться одним из методов выявления утечек, приведенных в 5.7.

Для обеспечения корректного перехода между точками нагрузки в таблице D.27 необходимо изменить переходные точки нагрузки, непосредственно предшествующие этим точкам нагрузки и следующие за ними.

В соответствии с 7.3.4, перечисление а), 1), изгибающая нагрузка для точек нагрузки, за исключением LP 16b_e, составляет 20,0°/30 м. В соответствии с 7.3.4, перечисление а), 4), изгибающая нагрузка для LP 16b_e должна быть уменьшена до 19,8°/30 м во избежание перегрузки на наружной стороне трубы по результатам расчета, проведенного по D.6.2.2.

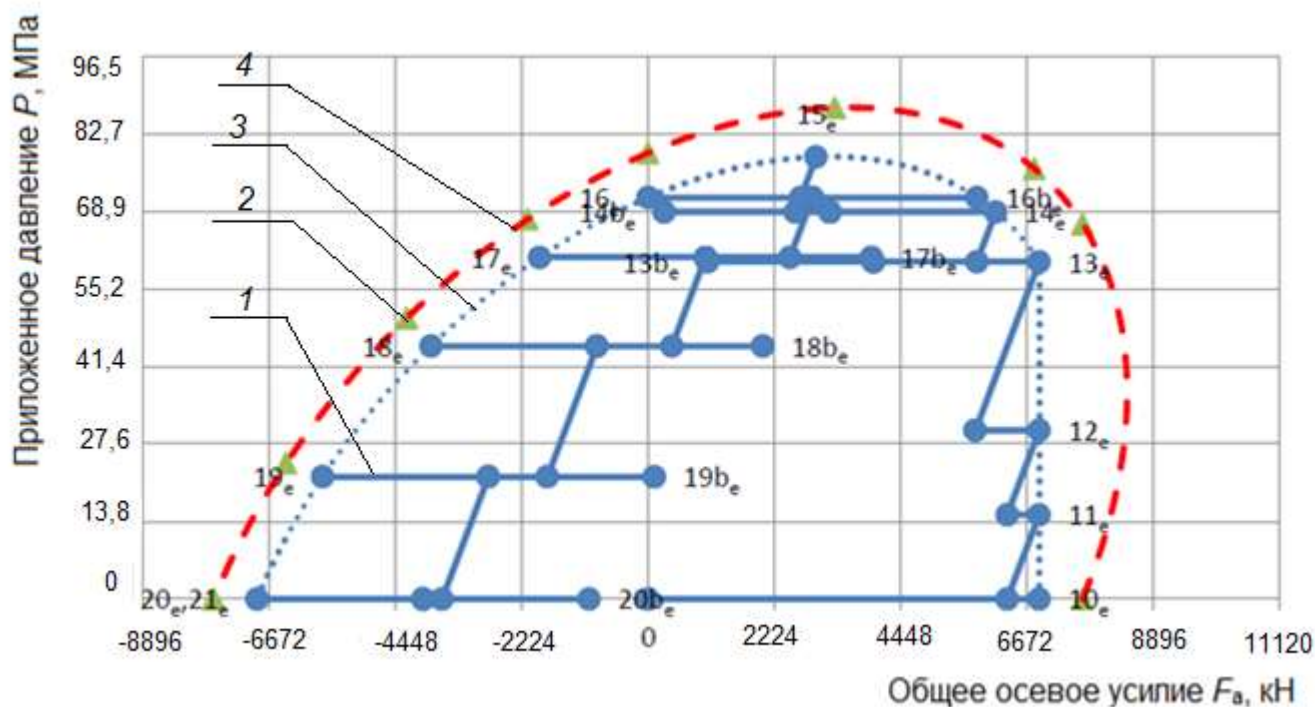

1 – точки TLE^e; 2 – точки CEE^e; 3 – 90% CEE^e; 4 – кривая 4^e

Рисунок D.22 – V_b 90 % (QI, QII, QI), TS-B этапы нагрузки 67 – 155

Т а б л и ц а D.27 – Уровень 90 % TS-B при повышенной температуре с изгибом

Продолжение TS-B при CAL IV с V_b 90 % (QI, QII, QI)										
Система выявления утечек под внутренним давлением для TS-B и TS-C										
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	SEPL, кН	Изгибающая нагрузка резьбового соединения, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Прогиб, °/30м	CAL IV		Направление
								Температура, °C	Время выдержки, мин	
67	0	0	0	0	0	0	0	Нагрев	-	CCW (уровень 90 %) См. таблицу 11, таблицу D.23, и рисунок D.22
68	10 _e	6890	0	0	6890	0	0	180	2	
69	Переход	6325	0	0	6325	0	0	180	-	
70	11 _e	6890	565	0	6325	15,0	0	180	5	
71	Переход	6325	565	0	5760	15,0	0	180	-	
72	12 _e	6890	1130	0	5760	30,0	0	180	5	
73	Переход	5760	1130	0	4635	30,0	0	180	-	
74	13 _e	6890	2255	0	4635	60,0	0	180	15	
75	Переход	3968	2255	0	1708	60,0	0	180	-	
76	13 _{be}	6890	2255	2922	1708	60,0	20,0	180	15	
77	Переход	3968	2255	0	1708	60,0	0	180	-	
78	Переход	5792	2255	0	3536	60,0	0	180	-	
79	14 _e	6125	2589	0	3536	68,9	0	180	10	
80	Переход	3203	2589	0	609	68,9	0	180	-	
81	14 _{be}	6125	2589	2922	609	68,9	20,0	180	60	
82	Переход	3203	2589	0	609	68,9	0	180	-	
83	Переход	2589	2589	0	0	68,9	0	180	-	
84	15 _e	2958	2958	0	0	78,6	0	180	15	
85	Переход	2687	2687	0	0	71,4	0	180	-	
86	16 _e	0	2687	0	-2687	71,4	0	180	10	
87	Переход	2896	2687	0	209	71,4	0	180	-	
88	16 _{be}	0	2687	-2896	209	71,4	19,8	180	10	
89	Переход	2896	2687	0	209	71,4	0	180	-	

Продолжение таблицы D.27

Продолжение TS-B при CAL IV с V_b 90 % (QI, QII, QI)											
Система выявления утечек под внутренним давлением для TS-B и TS-C											
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	CEPL, кН	Изгибающая нагрузка резьбового соединения, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Прогиб, °/30м	CAL IV		Время выдержки, мин	Направление
								Температура, °C			
90	Переход	2495	2286	0	209	60,8	0	180	-	CCW (уровень 90 %)	См. таблицу 11, таблицу D.23, и рисунок D.22
91	17 _e	-1913	2286	0	-4199	60,8	0	180	10		
92	Переход	1010	2286	0	-1277	60,8	0	180	-		
93	17b _e	-1913	2286	-2922	-1277	60,8	20,0	180	10		
94	Переход	1010	2286	0	-1277	60,8	0	180	-		
95	Переход	418	1695	0	-1277	45,0	0	180	-		
96	18 _e	-3830	1695	0	-5520	45,0	0	180	-		
97	Переход	-903	1695	0	-2598	45,0	0	180	-		
98	18b _e	-3830	1695	-2922	-2598	45,0	20,0	180	10		
99	Переход	-903	1695	0	-2598	45,0	0	180	-		
100	Переход	-1779	818	0	-2598	21,7	0	180	-		
101	19 _e	-5743	818	0	-6561	21,7	0	180	10		
102	Переход	-2820	818	0	-3634	21,7	0	180	-		
103	19b _e	-5743	818	-2922	-3634	21,7	20,0	180	10		
104	Переход	-2820	818	0	-3634	21,7	0	180	-		
105	Переход	-3634	0	0	-3634	0	0	180	-		
106	20 _e	-6890	0	0	-6890	0	0	180	2 ^a		
107	Переход	-3968	0	0	-3968	0	0	180	-		
108	20b _e	-6890	0	-2922	-3968	0	20,0	180	5 ^b		
109	Переход	-3968	0	0	-3968	0	0	180	-		
110	Переход	-3968	0	0	-3968	0	0	180	-		
111	21 _e	-6890	0	0	-6890	0	0	180	2		
112	Переход	-3968	0	0	-3968	0	0	180	-		
113	20b _e ^c	-6890	0	-2922	-3968	0	20,0	180	5 ^b		
114	Переход	-3968	0	0	-3968	0	0	180	-		
115	Переход	-3968	0	0	-3968	0	0	180	-		
116	20 _e ^c	-6890	0	0	-6890	0	0	180	2 ^a		
117	Переход	-3634	0	0	-3634	0	0	180	-		
118	Переход	-2820	818	0	-3634	21,7	0	180	-		
119	19b _e ^c	-5743	818	-2922	-3634	21,7	20,0	180	10		
120	Переход	-2820	818	0	-3634	21,7	0	180	-		
121	19 _e ^c	-5743	818	0	-6561	21,7	0	180	10		
122	Переход	-1779	818	0	-2598	21,7	0	180	-		
123	Переход	-903	1695	0	-2598	45,0	0	180	-		
124	18b _e ^c	-3830	1695	-2922	-2598	45,0	20,0	180	60		
125	Переход	-903	1695	0	-2598	45,0	0	180	-		
126	18 _e ^c	-3830	1695	0	-5520	45,0	0	180	10		
127	Переход	418	1695	0	-1277	45,0	0	180	-		
128	Переход	1010	2286	0	-1277	60,8	0	180	-		
129	17b _e ^c	-1913	2286	-2922	-1277	60,8	20,0	180	10		
130	Переход	1010	2286	0	-1277	60,8	0	180	-		
131	17b _e ^c	-1913	2286	0	-4199	60,8	0	180	10		
132	Переход	2495	2286	0	209	60,8	0	180	-		

ГОСТ ISO 13679 – 20
(Проект, окончательная редакция)
Окончание таблицы D.27


Продолжение TS-B при CAL IV с V^e 90 % (QI, QII, QI)											
Система выявления утечек под внутренним давлением для TS-B и TS-C											
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	CEPL, кН	Изгибающая нагрузка резьбового соединения, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Прогиб, °/30м	CAL IV		Время выдержки, мин	Направление
								Температура, °C			
133	Переход	2896	2687	0	209	71,4	0	180	-		
134	16b ^e ^c	0	2687	-2896	209	71,4	19,8	180	10		
135	Переход	2896	2687	0	209	71,4	0	180	-		
136	16 ^e ^c	0	2687	0	-2687	71,4	0	180	10		
137	Переход	2687	2687	0	0	71,4	0	180	-		
138	15 ^e	2958	2958	0	0	78,6	0	180	15		
139	Переход	2589	2589	0	0	68,9	0	180	-		
140	Переход	3203	2589	0	609	68,9	0	180	-		
141	14b ^e ^c	6125	2589	2922	609	68,9	20,0	180	10		CW (уровень 90 %) См. таблицу 11, таблицу D.23, и рисунок D.22
142	Переход	3203	2589	0	609	68,9	0	180	-		
143	14 ^e ^c	6125	2589	0	3536	68,9	0	180	10		
144	Переход	5792	2255	0	3536	60,0	0	180	-		
145	Переход	3968	2255	0	1708	60,0	0	180	-		
146	13b ^e ^c	6890	2255	2922	1708	60,0	20,0	180	60		
147	Переход	3968	2255	0	1708	60,0	0	180	-		
148	13 ^e ^c	6890	2255	0	4635	60,0	0	180	10		
149	Переход	5760	1130	0	4635	30,0	0	180	-		
150	12 ^e	6890	1130	0	5760	30,0	0	180	5		
151	Переход	6325	565	0	5760	15,0	0	180	-		
152	11 ^e	6890	565	0	6325	15,0	0	180	5		
153	Переход	6325	0	0	6325	0	0	180	-		
154	10 ^e	6890	0	0	6890	0	0	180	2		
155	0	0	0	0	0	0	0	180	-		
Конец V^e 90 % (QI, QII, QI)											
^a Т.к. в данной точке нагрузки давление отсутствует, время выдержки было уменьшено с 10 до 2 мин. ^b Т.к. в данной точке нагрузки давление отсутствует, время выдержки было уменьшено с 10 до 5 мин. ^c Если бы изгиб контролировался методом контроля кривизны по эквивалентному напряжению (5.9.3.4.4), то точка изгибающей нагрузки испытывалась бы после соответствующей точки нагрузки без изгиба.											

D.6.2.6 Уровень 90 % TS-B при температуре окружающей среды с изгибом (QI, QII, QI)

Как показано на рисунке D.23 и в таблице D.28, испытания TS-B при CAL IV завершаются последовательностью точек нагрузки QI/QII в направлении CCW и CW (для оценки зависимости от траектории нагрузки) с изгибом на уровне 90 % при температуре окружающей среды. Последовательность испытаний с переходом от температуры окружающей среды к повышенной температуре и обратно к температуре окружающей среды является необходимым аспектом испытаний. Большинство точек выдержки требуют оценки герметичности. Оценка герметичности должна проводиться одним из методов

выявления утечки, приведенных в 5.7.

Примечание – В соответствии с 7.3.4.3, перечисление а), 1), D_{leg} для точек нагрузки с изгибом составляет 20,0°/30 м.

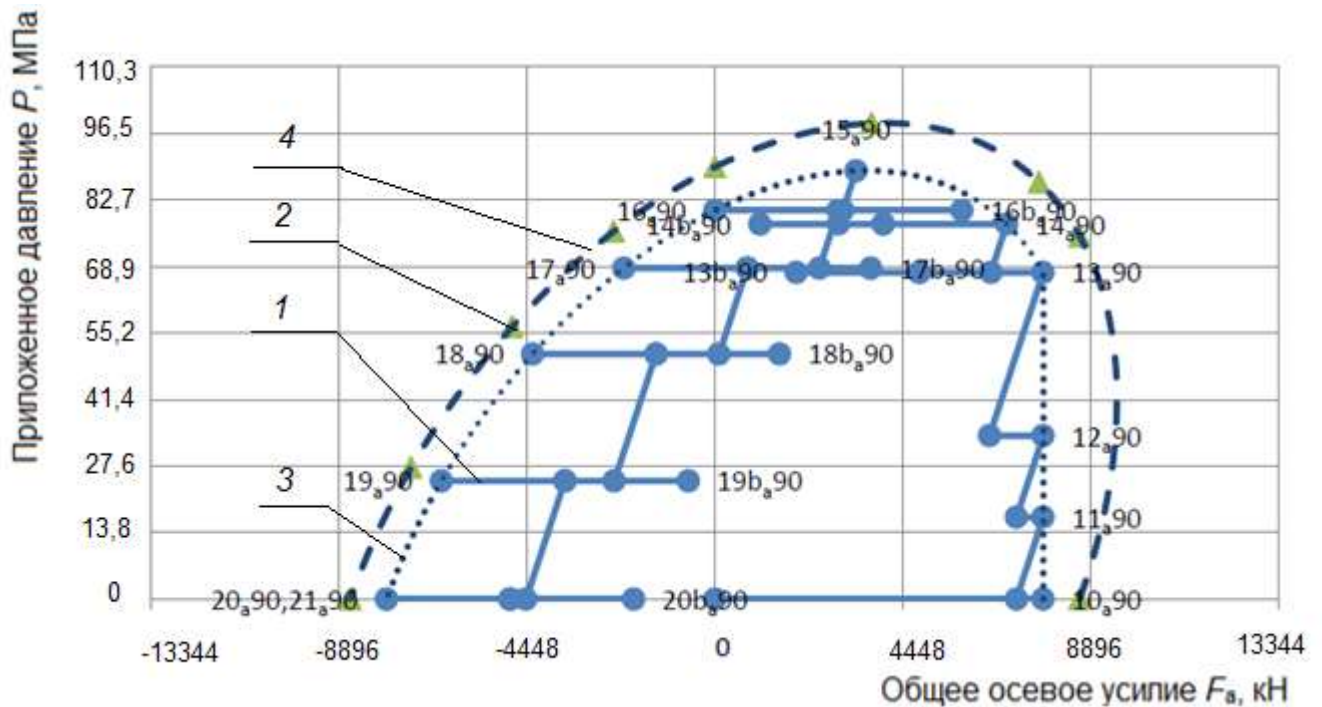

1 – точки TLE^a90; 2 – точки CEE^a; 3 – 90% CEE^a; 4 – кривая 4^a

Рисунок D.23 – B^a_b 90 % (QI, QII, QI), TS-B этапы нагрузки 156 – 244

Т а б л и ц а D.28 – Уровень 90 % TS-B при температуре окружающей среды с изгибом

Завершение TS-B при CAL IV с B^a_b 90 % (QI, QII, QI)										
Система выявления утечек под внутренним давлением для TS-B и TS-C										
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	CEPL, кН	Изгибающая нагрузка резьбового соединения, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Прогиб, °/30м	CAL IV		Направление
								Температура, °С	Время выдержки, мин	
156	0	0	0	0	0	0	0	Охлаждение	-	CCW (уровень 90 %) См. таблицу 11, таблицу D.19, и рисунок D.23
157	10 _a 90	7775	0	0	7775	0	0	Окружающей среды	2	
158	Переход	7139	0	0	7139	0	0		-	
159	11 _a 90	7775	636	0	7139	16,9	0		5	
160	Переход	7139	636	0	6499	16,9	0		-	
161	12 _a 90	7775	1272	0	6499	33,8	0		5	
162	Переход	6499	1272	0	5227	33,8	0		-	
163	13 _a 90	7775	2544	0	5227	67,7	0		10	
164	Переход	4849	2544	0	2304	67,7	0		-	
165	13 _b a90	7775	2544	2922	2304	67,7	20,0		10	
166	Переход	4849	2544	0	2304	67,7	0		-	
167	Переход	6534	2544	0	3986	67,7	0		-	
168	14 _a 90	6908	2922	0	3986	77,7	0		10	
169	Переход	3986	2922	0	1063	77,7	0		-	
170	14 _b a90	6908	2922	2922	1063	77,7	20,0		10	
171	Переход	3986	2922	0	1063	77,7	0		-	
172	Переход	2922	2922	0	0	77,7	0		-	

ГОСТ ISO 13679 – 20
(Проект, окончательная редакция)
Продолжение таблицы D.28

Завершение TS-B при CAL IV с V ^а 90 % (QI, QII, QI)										
Система выявления утечек под внутренним давлением для TS-B и TS-C										
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	SEPL, кН	Изгибающая нагрузка резьбового соединения, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Прогиб, °/30м	CAL IV	Время выдержки, мин	Направление
								Температура, °С		
173	15 _a 90	3336	3336	0	0	88,7	0	Окружающей среды	60	CCW (уровень 90 %) См. таблицу 11, таблицу D.19, и рисунок D.23
174	Переход	3029	3029	0	0	80,6	0		-	
175	16 _a 90	0	3029	0	-3029	80,6	0		10	
176	Переход	2922	3029	0	-107	80,6	0		-	
177	16 _b a90	0	3029	-2922	-107	80,6	20,0		10	
178	Переход	2922	3029	0	-107	80,6	0		-	
179	Переход	2473	2580	0	-107	68,5	0		-	
180	17 _a 90	-2157	2580	0	-4737	68,5	0		10	
181	Переход	765	2580	0	-1815	68,5	0		-	
182	17 _b a90	-2157	2580	-2922	-1815	68,5	20,0		10	
183	Переход	765	2580	0	-1815	68,5	0		-	
184	Переход	93	1908	0	-1815	50,8	0		-	
185	18 _a 90	-4319	1908	0	-6228	50,8	0		10	
186	Переход	-1397	1908	0	-3305	50,8	0		-	
187	18 _b a90	-4319	1908	-2922	-3305	50,8	20,0		10	
188	Переход	-1397	1908	0	-3305	50,8	0		-	
189	Переход	-2384	921	0	-3305	24,5	0		-	
190	19 _a 90	-6477	921	0	-7402	24,5	0		10	
191	Переход	-3554	921	0	-4475	24,5	0		-	
192	19 _b a90	-6477	921	-2922	-4475	24,5	20,0		10	
193	Переход	-3554	921	0	-4475	24,5	0		-	
194	Переход	-4475	0	0	-4475	0	0		-	
195	20 _a 90	-7775	0	0	-7775	0	0		2 ^a	
196	Переход	-4849	0	0	-4849	0	0		-	
197	20 _b a90	-7775	0	-2922	-4849	0	20,0	5 ^b		
198	Переход	-4849	0	0	-4849	0	0	-		
199	Переход	-4849	0	0	-4849	0	0	-		
200	21 _a 90	-7775	0	0	-7775	0	0	2		
201	Переход	-4849	0	0	-4849	0	0	-		
202	20 _b a90 ^c	-7775	0	-2922	-4849	0	20,0	5 ^b	CW (уровень 90 %) См. таблицу 11, таблицу D.19, и рисунок D.23	
203	Переход	-4849	0	0	-4849	0	0	-		
204	Переход	-4849	0	0	-4849	0	0	-		
205	20 _a 90 ^c	-7775	0	0	-7775	0	0	2 ^a		
206	Переход	-4475	0	0	-4475	0	0	-		
207	Переход	-3554	921	0	-4475	24,5	0	-		
208	19 _b a90 ^c	-6477	921	-2922	-4475	24,5	20,0	10		
209	Переход	-3554	921	0	-4475	24,5	0	-		
210	19 _a 90 ^c	-6477	921	0	-7402	24,5	0	10		
211	Переход	-2384	921	0	-3305	24,5	0	-		
212	Переход	-1397	1908	0	-3305	50,8	0	-		
213	18 _b a90 ^c	-4319	1908	-2922	-3305	50,8	20,0	10		
214	Переход	-1397	1908	0	-3305	50,8	0	-		

Окончание таблицы D.28

Завершение TS-B при CAL IV с V ^а 90 % (QI, QII, QI)										
Система выявления утечек под внутренним давлением для TS-B и TS-C										
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	CEPL, кН	Изгибающая нагрузка резьбового соединения, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Прогиб, °/30м	CAL IV		Направление
								Температура, °С	Время выдержки, мин	
215	18 _a 90 °	-4319	1908	0	-6228	50,8	0	Окружающей среды	10	CW (уровень 90 %) См. таблицу 11, таблицу D.19, и рисунок D.23
216	Переход	93	1908	0	-1815	50,8	0		-	
217	Переход	765	2580	0	-1815	68,5	0		-	
218	17 _b a90 °	-2157	2580	-2922	-1815	68,5	20,0		10	
219	Переход	765	2580	0	-1815	68,5	0		-	
220	17 _b a90 °	-2157	2580	0	-4737	68,5	0		10	
221	Переход	2473	2580	0	-107	68,5	0		-	
222	Переход	2922	3029	0	-107	80,6	0		-	
223	16 _b a90 °	0	3029	-2922	-107	80,6	20,0		60	
224	Переход	2922	3029	0	-107	80,6	0		-	
225	16 _a 90 °	0	3029	0	-3029	80,6	0		10	
226	Переход	3029	3029	0	0	80,6	0		-	
227	15 _a 90	3336	3336	0	0	88,7	0		10	
228	Переход	2922	2922	0	0	77,7	0		-	
229	Переход	3986	2922	0	1063	77,7	0		-	
230	14 _b a90 °	6908	2922	2922	1063	77,7	20,0		10	
231	Переход	3986	2922	0	1063	77,7	0		-	
232	14 _a 90 °	6908	2922	0	3986	77,7	0		10	
233	Переход	6534	2544	0	3986	67,7	0		-	
234	Переход	4849	2544	0	2304	67,7	0		-	
235	13 _b a90 °	7775	2544	2922	2304	67,7	20,0		10	
236	Переход	4849	2544	0	2304	67,7	0		-	
237	13 _a 90 °	7775	2544	0	5227	67,7	0		10	
238	Переход	6499	1272	0	5227	33,8	0		-	
239	12 _a 90	7775	1272	0	6499	33,8	0	5		
240	Переход	7139	636	0	6499	16,9	0	-		
241	11 _a 90	7775	636	0	7139	16,9	0	5		
242	Переход	7139	0	0	7139	0	0	-		
243	10 _a 90	7775	0	0	7775	0	0	2		
244	0	0	0	0	0	0	0	-		

Конец CAL IV TS-B

^a Т.к. в данной точке нагрузки давление отсутствует, время выдержки было уменьшено до 2 мин.

^b Т.к. в данной точке нагрузки давление отсутствует, время выдержки было уменьшено до 5 мин.

Примечание – При этом время выдержки на этапе нагрузки 197 уменьшается с 60 мин до 5 мин.

^c Если бы изгиб контролировался методом контроля кривизны по эквивалентному напряжению (см. 5.9.3.4.4), то точка изгибающей нагрузки испытывалась бы после соответствующей точки нагрузки без изгиба.

D.6.3 График нагрузок TS-C

D.6.3.1 Общие положения

Конкретные этапы нагрузки, необходимые для выполнения TS-C при CAL IV в соответствии с требованиями 7.3.5 и таблицы 13, приведены в таблицах D.30 и D.31 и на рисунках D.24 и D.25. Для большей ясности, в данном примере TS-C был разбит на две последовательности испытаний.

При определении графиков нагрузок серии С при CAL IV приняты следующие допущения:

а) фактическое среднее значение внутреннего диаметра трубы D_i (d_{avg}), используемое для расчета CEPL для этапов нагрузки внутренним давлением, равно 218,87 мм;

б) параметры труб, используемые для расчета графиков нагрузок TS-C при CAL IV, приведены в таблице D.29.


П р и м е ч а н и е – В зависимости от конструкции резьбового соединения, D_i , используемое для расчетов CEPL, может отличаться от среднего значения D_i , особенно для резьбовых соединений с упорным заплечиком.

Т а б л и ц а D.29 – Пример параметров трубы, используемых для расчета графиков нагрузок в серии С

Номинальный наружный диаметр	Номинальная толщина стенки	SMYS	D_{avg}	t_{min}	t_{avg}	AMYS ^a	K_{temp}
244,48 мм	13,84 мм	758 МПа	246,30 мм	12,88 мм	13,72 мм	862 МПа	0,8864

D.6.3.2 Десять термических циклов TS-C (ТС1 – ТС10)

Как показано на рисунке D.24 и в таблице D.30, испытания при CAL IV продолжаются серией TS-C. TS-C начинается с нагрева испытательного образца до установленной повышенной температуры и применения постоянной растягивающей нагрузки и нагрузки от внутреннего давления (LP 14_e) с периодом выдержки в один час. При поддержании постоянной нагрузки, испытательный образец охлаждается, а затем десяти циклам выдержки при температуре окружающей среды и при повышенной температуре. Точки выдержки при температуре окружающей среды и при повышенной температуре требуют оценки герметичности. Оценка герметичности должна производиться одним из методов выявления утечек, приведенных в 5.7.

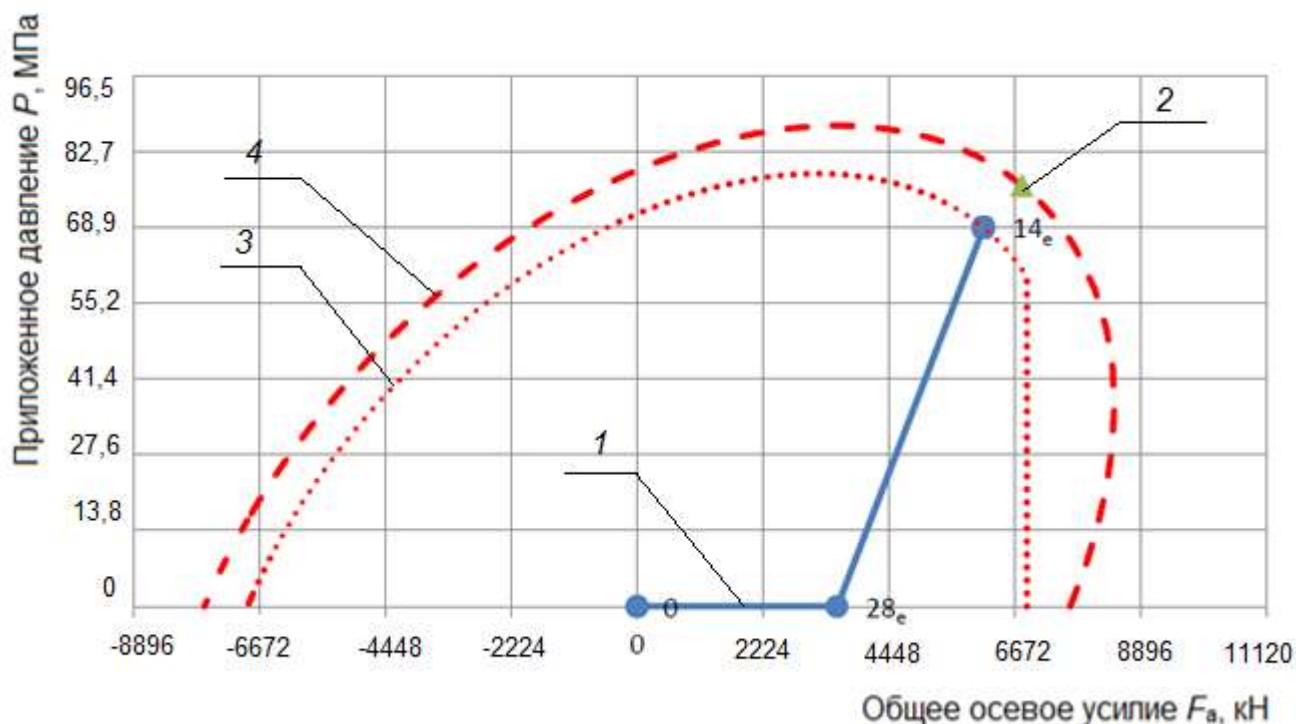

1 – точки TLE^e; 2 – точки CEE^e; 3 – 90% CEE^e; 4 – кривая 4^e

Рисунок D.24 – Десять термических циклов, TS-C этапы нагрузки 1 – 44

Т а б л и ц а D.30 – График термических циклических нагрузок в серии испытаний С при CAL IV

Начало TS-C при CAL IV с 10 термическими циклами								
Система выявления утечек под внутренним давлением для TS-B и TS-C								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	CEPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °С	Время выдержки, мин	Описание этапа нагрузки
1	0	0	0	0	0	Нагрев	-	-
2	0	0	0	0	0	180	-	
3	28 _e	3536	0	3536	0	180	-	
4	14 _e	6125	2589	3536	68,9	180	60	
5	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Охлаждение	-	ТС1 См. таблицу 13, таблицу D.23 и рисунок D.24
6	14 _e	6125	2589	3536	68,9	До 52 включ.	5	
7	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Нагрев	-	
8	14 _e	6125	2589	3536	68,9	180	5	
9	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Охлаждение	-	ТС2 См. таблицу 13, таблицу D.23 и рисунок D.24
10	14 _e	6125	2589	3536	68,9	До 52 включ.	5	
11	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Нагрев	-	
12	14 _e	6125	2589	3536	68,9	180	5	
13	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Охлаждение	-	ТС3 См. таблицу 13, таблицу D.23 и рисунок D.24
14	14 _e	6125	2589	3536	68,9	До 52 включ.	5	
15	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Нагрев	-	
16	14 _e	6125	2589	3536	68,9	180	5	
17	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Охлаждение	-	ТС4 См. таблицу 13, таблицу D.23 и рисунок D.24
18	14 _e	6125	2589	3536	68,9	До 52 включ.	5	
19	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Нагрев	-	
20	14 _e	6125	2589	3536	68,9	180	5	
21	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Охлаждение	-	ТС5 См. таблицу 13, таблицу D.23 и рисунок D.24
22	14 _e	6125	2589	3536	68,9	До 52 включ.	5	
23	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Нагрев	-	
24	14 _e	6125	2589	3536	68,9	180	5	


ГОСТ ISO 13679 – 20
 (Проект, окончательная редакция)
 Окончание таблицы D.30

Начало TS-C при CAL IV с 10 термическими циклами Система выявления утечек под внутренним давлением для TS-B и TS-C								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	CEPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °С	Время выдержки, мин	Описание этапа нагрузки
25	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Охлаждение	-	ТС6 См. таблицу 13, таблицу D.23 и рисунок D.24
26	14 _e	6125	2589	3536	68,9	До 52 включ.	5	
27	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Нагрев	-	
28	14 _e	6125	2589	3536	68,9	180	5	
29	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Охлаждение	-	ТС7 См. таблицу 13, таблицу D.23 и рисунок D.24
30	14 _e	6125	2589	3536	68,9	До 52 включ.	5	
31	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Нагрев	-	
32	14 _e	6125	2589	3536	68,9	180	5	
33	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Охлаждение	-	ТС8 См. таблицу 13, таблицу D.23 и рисунок D.24
34	14 _e	6125	2589	3536	68,9	До 52 включ.	5	
35	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Нагрев	-	
36	14 _e	6125	2589	3536	68,9	180	5	
37	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Охлаждение	-	ТС9 См. таблицу 13, таблицу D.23 и рисунок D.24
38	14 _e	6125	2589	3536	68,9	До 52 включ.	5	
39	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Нагрев	-	
40	14 _e	6125	2589	3536	68,9	180	5	
41	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Охлаждение	-	ТС10 См. таблицу 13, таблицу D.23 и рисунок D.24
42	14 _e	6125	2589	3536	68,9	До 52 включ.	5	
43	14 _e	6125	2589	3536	68,9	Нагрев	-	
44	14 _e	6125	2589	3536	68,9	180	5	

Конец 10 термических циклов TS-C

D.6.3.3 Пять механических циклов TS-C (MC1 – MC5)

Как показано на рисунке D.25 и в таблице D.31, TS-C при CAL IV завершается серией из пяти механических циклов при температуре окружающей среды. Планируемая траектория этих механических циклов проходит в направлении CCW с точкой выдержки при высоком напряжении и высоком внутреннем давлении (LP 14_a90), в которой требуется оценки герметичности. Остальные точки, проходящие через механические циклы, не требуют оценки абсолютной герметичности. Оценка герметичности должна проводиться одним из методов выявления утечек, приведенных в 5.7.

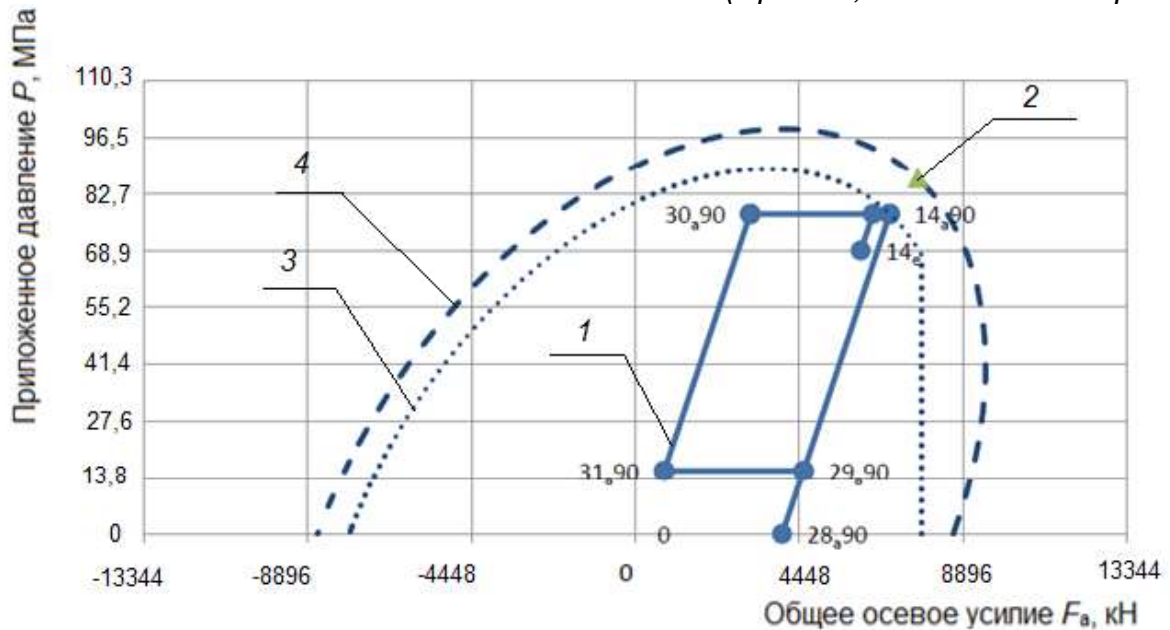

1 – точки TLE^e; 2 – точки CEE^a; 3 – 90% CEE^a; 4 – кривая 4^a

Рисунок D.25 – Пять механических циклов, TS-C этапы нагрузки 45 – 69

Т а б л и ц а D.31 – График механических циклических нагрузок в серии испытаний С при CAL IV

Продолжение TS-C при CAL IV с 5 механическими циклами Система выявления утечек под внутренним давлением для TS-B и TS-C								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	SEPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °С	Время выдержки, мин	Описание этапа нагрузки
45	14 _e	6125	2589	3536	68,9	до 35 включ.	-	Переход
46	Переход	6459	2922	3536	77,7	до 35 включ.	-	
47	14 _{a90}	6908	2922	3986	77,7	до 35 включ.	5	
48	30 _{a90}	3123	2922	200	77,7	до 35 включ.	2	MC1 См. таблицу 13, таблицу D.19 и рисунок D.25
49	31 _{a90}	783	583	200	15,5	до 35 включ.	2	
50	29 _{a90}	4573	583	3986	15,5	до 35 включ.	2	
51	14 _{a90}	6908	2922	3986	77,7	до 35 включ.	5	
52	30 _{a90}	3123	2922	200	77,7	до 35 включ.	2	
53	31 _{a90}	783	583	200	15,5	до 35 включ.	2	MC2 См. таблицу 13, таблицу D.19 и рисунок D.25
54	29 _{a90}	4573	583	3986	15,5	до 35 включ.	2	
55	14 _{a90}	6908	2922	3986	77,7	до 35 включ.	5	
56	30 _{a90}	3123	2922	200	77,7	до 35 включ.	2	
57	31 _{a90}	783	583	200	15,5	до 35 включ.	2	
58	29 _{a90}	4573	583	3986	15,5	до 35 включ.	2	MC3 См. таблицу 13, таблицу D.19 и рисунок D.25
59	14 _{a90}	6908	2922	3986	77,7	до 35 включ.	5	
60	30 _{a90}	3123	2922	200	77,7	до 35 включ.	2	
61	31 _{a90}	783	583	200	15,5	до 35 включ.	2	
62	29 _{a90}	4573	583	3986	15,5	до 35 включ.	2	
63	14 _{a90}	6908	2922	3986	77,7	до 35 включ.	5	MC4 См. таблицу 13, таблицу D.19 и рисунок D.25
64	30 _{a90}	3123	2922	200	77,7	до 35 включ.	2	
65	31 _{a90}	783	583	200	15,5	до 35 включ.	2	
66	29 _{a90}	4573	583	3986	15,5	до 35 включ.	2	
67	14 _{a90}	6908	2922	3986	77,7	до 35 включ.	5	
68	Переход	3986	0	3986	0	до 35 включ.	-	MC5 См. таблицу 13, таблицу D.19 и рисунок D.25
69	0	0	0	0	0	до 35 включ.	-	

Конец CAL IV TS-C

D.6.4 График нагрузок TS-A

D.6.4.1 Общие положения

Конкретные этапы нагрузки, необходимые для завершения испытаний серии А при CAL IV в соответствии с требованиями 7.3.3 и таблицы 9, приведены в таблицах D.33 – D.42 и на рисунках D.26 – D.35. Для обеспечения большей ясности, в данном примере TS-A был разбит на десять циклов испытаний.

При определении графиков нагрузок серии А при CAL IV приняты следующие допущения:

а) фактическое среднее значение внутреннего диаметра трубы D_i (d_{avg}), используемое для вычисления CEPL для этапов нагрузки внутренним давлением, равно 218,87 мм;

б) на наружный диаметр D_o испытательного образца трубы плотно прикрепляется камера наружного давления. Если камера наружного давления установлена на поверхность, наружный диаметр которой не равен номинальному наружному диаметру трубы D_o , то для обеспечения приложения общей осевой нагрузки необходимо скорректировать осевую нагрузку с учетом CEPL;

с) параметры трубы, используемые для расчета графиков нагрузок TS-A при CAL IV, приведены в таблице D.32.

Примечание – В зависимости от конструкции резьбового соединения, D_i , используемый для расчетов CEPL, может отличаться от среднего значения внутреннего диаметра трубы D_i , особенно для резьбовых соединений с упорным заплечиком.

Таблица D.32 – Пример параметров трубы, используемых для расчета графиков нагрузок в серии А


Номинальный наружный диаметр	Номинальная толщина стенки	SMYS	D_{avg}	t_{min}	t_{avg}	AMYS ^a	K_{195}	K_{65}	K_{hc}
244,48 мм	13,84 мм	758 МПа	246,30 мм	12,88 мм	13,72 мм	862 МПа	0,8864	0,9723	63,0 МПа

Примечание – K_{65} был округлен, точную формулу см. в D.5.6.

D.6.4.2 Уровень 90 % TS-A при повышенной температуре (QI, QII)

Как показано на рисунке D.26 и в таблице D.33, испытания при CAL IV продолжаются серией TS-A. TS-A начинается с испытания под внутренним давлением при повышенной температуре. Серия точек нагрузки QI/QII выполняется в направлении CWW на уровне 90 %. В большинстве точек выдержки требуется оценка герметичности. В случае проведения испытания установленной камерой наружного давления, оценка герметичности должна осуществляться методом перепада давления (см. 5.8.2 и рисунок

16). В остальных случаях, оценка герметичности должна проводиться одним из методов выявления утечек, приведенных в 5.7.

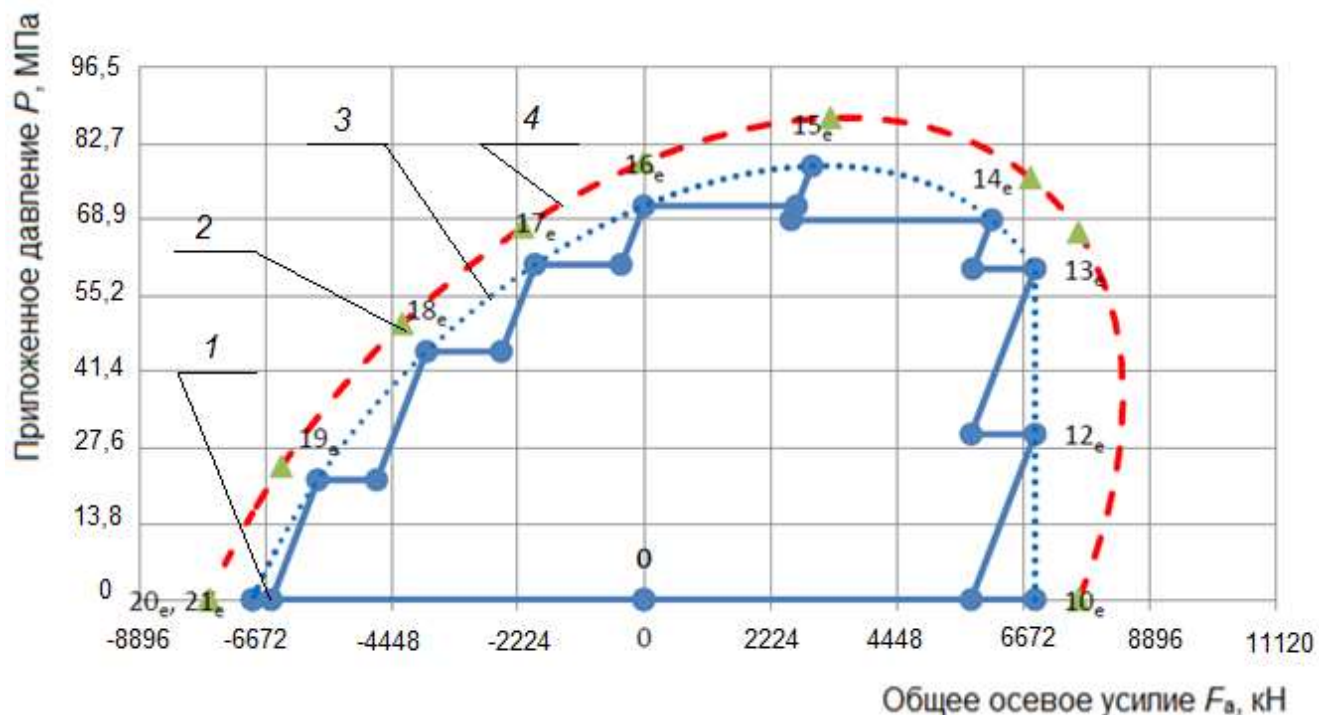

1 – точки TLE^e; 2 – точки CEE^e; 3 – 90% CEE^e; 4 – кривая 4^e

Рисунок D.26 – A^e 90 % (QI, QII), TS-A этапы нагрузки 1 – 24


Т а б л и ц а D.33 – Уровень 90 % TS-A при повышенной температуре (QI, QII)

Начало TS-A при CAL IV с A ^e 90 % (QI, QII)								Направление
Система выявления утечек для TS-A при повышенной температуре								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	CEPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °С	Время выдержки, мин	
1	0	0	0	0	0	Нагрев	-	CCW (уровень 90 %) См. таблицу 9, таблицу D.23, и рисунок D.26
2	0	0	0	0	0	180	-	
3	10 _e	6890	0	6890	0	180	2	
4	Переход	5760	0	5760	0	180	-	
5	12 _e	6890	1130	5760	30,0	180	10	
6	Переход	5760	1130	4635	30,0	180	-	
7	13 _e	6890	2255	4635	60,0	180	10	
8	Переход	5792	2255	3536	60,0	180	-	
9	14 _e	6125	2589	3536	68,9	180	10	
10	Переход	2589	2589	0	68,9	180	-	
11	15 _e	2958	2958	0	78,6	180	10	
12	Переход	2687	2687	0	71,4	180	-	
13	16 _e	0	2687	-2687	71,4	180	60	
14	Переход	-400	2286	-2687	60,8	180	-	
15	17 _e	-1913	2286	-4199	60,8	180	10	
16	Переход	-2509	1695	-4199	45,0	180	-	
17	18 _e	-3830	1695	-5520	45,0	180	10	
18	Переход	-4702	818	-5520	21,7	180	-	
19	19 _e	-5743	818	-6561	21,7	180	10	

Начало TS-A при CAL IV с A ^e 90 % (QI, QII) Система выявления утечек для TS-A при повышенной температуре								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	CEPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °С	Время выдержки, мин	Направление
20	Переход	-6561	0	-6561	0	180	-	
21	20 _e	-6890	0	-6890	0	180	2 ^a	
22	Переход	-6890	0	-6890	0	180	-	
23	21 _e	-6890	0	-6890	0	180	2	
24	0	0	0	0	0	180	-	
Конец A ^e 90 % (QI, QII)								
Переход от испытания под внутренним давлением к испытанию под наружным давлением								
^a Т.к. в данной точке нагрузки давление отсутствует, время выдержки было уменьшено с 10 до 2 мин.								

D.6.4.3 Уровень 90 % TS-A при повышенной температуре (QIII, QIV) и (QIV, QIII)

Как показано на рисунке D.27 и в таблице D.34, TS-A при CAL IV продолжается испытанием под наружным давлением при повышенной температуре. Серия точек нагрузки QIII/QIV выполняется сначала в направлении CCW, а затем в направлении CW (для оценки зависимости от траектории нагрузки) на уровне 90 %. В большинстве точек выдержки требуется оценки герметичности. Оценка герметичности должна быть проведена методом перепада давления (см. 5.8.2 и рисунок 17). Система должна оставаться закрытой для предотвращения вытекания горячей жидкости из камеры наружного давления.

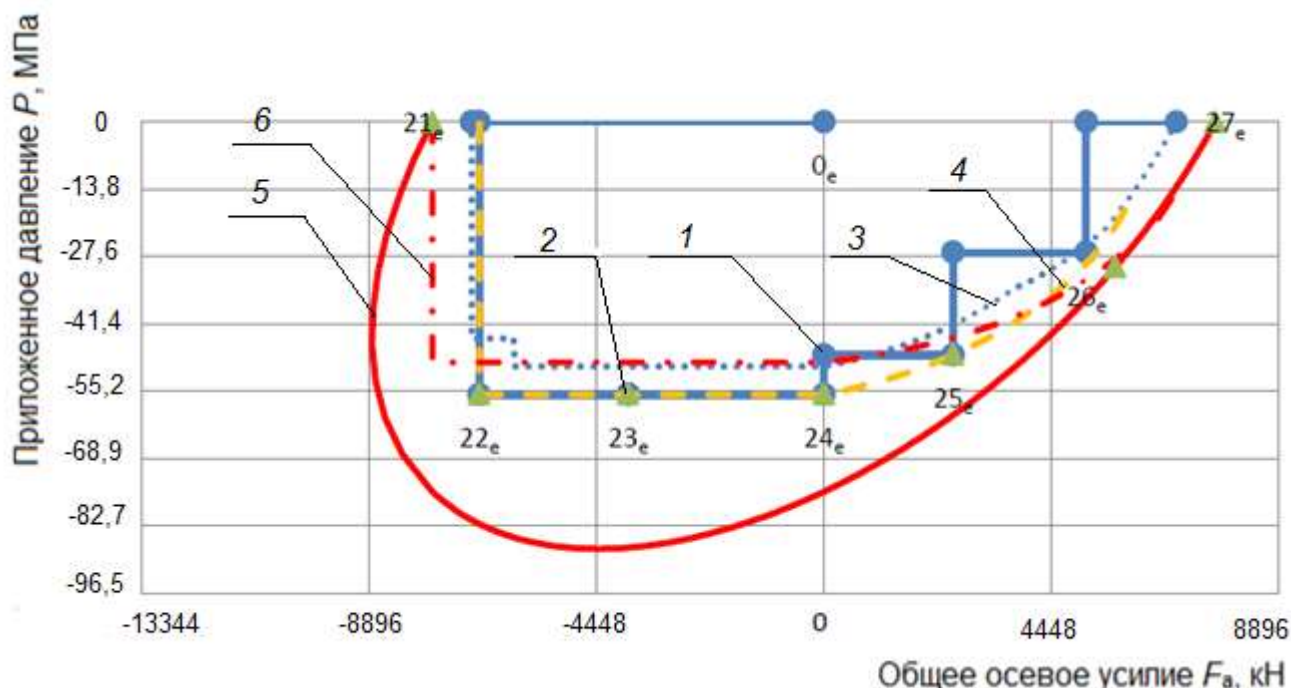

1 – точки TLE^e; 2 – точки CEE^e; 3 – 90% CEE^e; 4 – кривая 3^e; 5 – кривая 4^e; 6 – кривая 5^e


Рисунок D.27 – A^e 90 % (QIII, QIV) и A^e 90 % (QIV, QIII), TS-A этапы нагрузки 25 – 51

Т а б л и ц а D.34 – Уровень 90 % TS-A при повышенной температуре (QIII, QIV) и (QIV, QIII)

Продолжение TS-A при CAL IV с A° 90 % (QIII, QIV) и A° 90 % (QIV, QIII) Система выявления утечек для TS-A при повышенной температуре								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	CEPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °С	Время выдержки, мин	Направление
25	0	0	0	0	0	180	-	CCW (уровень 90 %) См. таблицу 9, таблицу D.23 и рисунок D.27
26	21 _e	-6890	0	-6890	0	180	2	
27	Переход	-6744	0	-6744	0	180	-	
28	22 _e	-6744	0	-6744	-55,9	180	60	
29	Переход	-3830	0	-3830	55,9	180	-	
30	23 _e	-3830	0	-3830	-55,9	180	10	
31	Переход	-3830	0	-3830	-55,9	180	-	
32	24 _e	0	0	0	-55,9	180	10	
33	Переход	0	0	0	-47,7	180	-	
34	25 _e	2527	0	2527	-47,7	180	10	
35	Переход	2527	0	2527	-26,7	180	-	
36	26 _e	5129	0	5129	-26,7	180	10	
37	Переход	5129	0	5129	0	180	-	
38	27 _e	6890	0	6890	0	180	2	
39	Переход	5129	0	5129	0	180	-	
40	26 _e	5129	0	5129	-26,7	180	10	
41	Переход	2527	0	2527	-26,7	180	-	
42	25 _e	2527	0	2527	-47,7	180	10	
43	Переход	0	0	0	-47,7	180	-	
44	24 _e	0	0	0	-55,9	180	60	
45	Переход	-3830	0	-3830	-55,9	180	-	
46	23 _e	-3830	0	-3830	-55,9	180	10	
47	Переход	-3830	0	-3830	-55,9	180	-	
48	22 _e	-6744	0	-6744	-55,9	180	10	
49	Переход	-6744	0	-6744	0	180	-	
50	21 _e	-6890	0	-6890	0	180	2	
51	0	0	0	0	0	180	-	
Конец A° 90 % (QIII, QIV) и A° 90 % (QIV, QIII) Переход от испытания под наружным давлением к испытанию под внутренним давлением								

D.6.4.4 Уровень 90 % TS-A при повышенной температуре (QII, QI)

Как показано на рисунке D.28 и в таблице D.35, TS-A при CAL IV продолжается испытанием под внутренним давлением при повышенной температуре. Серия точек нагрузки QI/QII выполняется в направлении CW. В большинстве точек выдержки требуется оценки герметичности. Настоящее испытание может быть проведено с установленной камерой наружного давления, при этом оценка герметичности осуществляется методом перепада давления (см. 5.8.2 и рисунок 16). Однако камеру наружного давления можно убрать, в этом случае может быть использован один из методов выявления утечек, приведенных в 5.7.

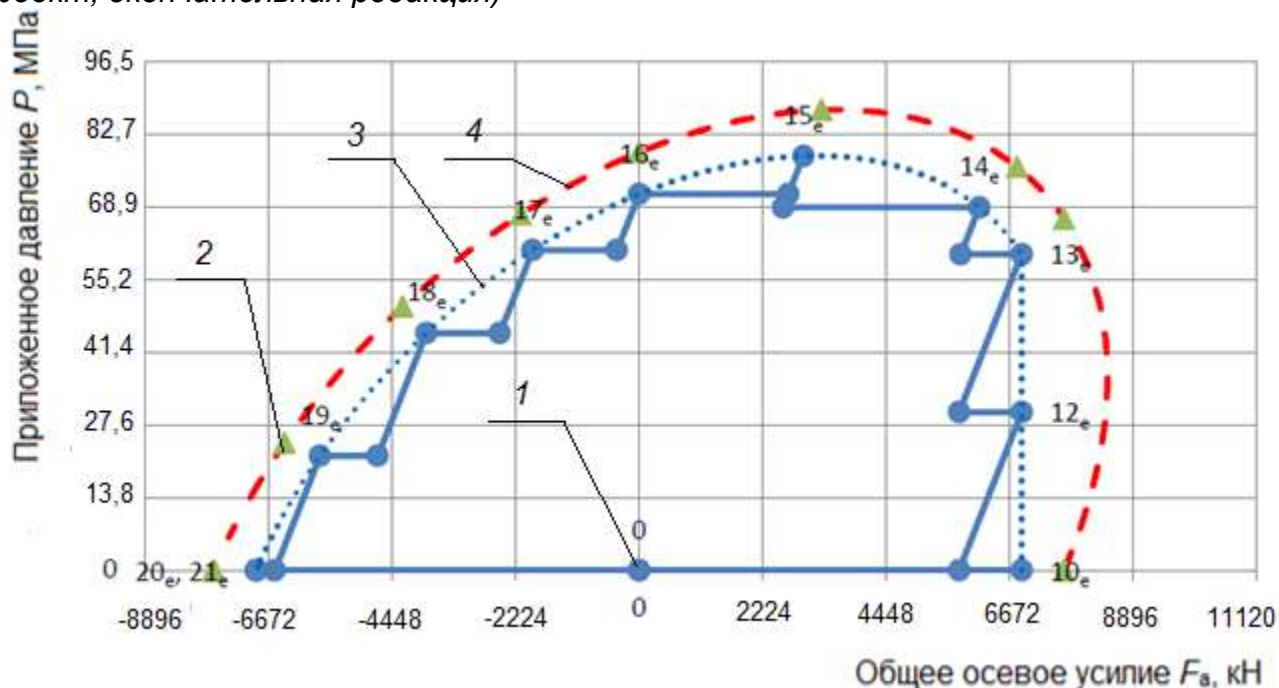

1 – точки TLE^e; 2 – точки CEE^e; 3 – 90 % CEE^e; 4 – кривая 4^e


Рисунок D.28 – A^e 90 % (QIII, QIV) и A^e 90 % (QIV, QIII), TS-A этапы нагрузки 52 – 74

Т а б л и ц а D.35 – Уровень 90 % TS-A при повышенной температуре (QII, QI)

Продолжение TS-A с A ^e 90 % (QII, QI)								
Система выявления утечек для TS-A при повышенной температуре								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	CEPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °С	Время выдержки, мин	Направление
52	0	0	0	0	0	180	-	CW (уровень 90 %) См. таблицу 9, таблицу D.23 и рисунок D.28
53	21 _e	-6890	0	-6890	0	180	2	
54	Переход	-6890	0	-6890	0	180	-	
55	20 _e	-6890	0	-6890	0	180	2 ^a	
56	Переход	-6561	0	-6561	0	180	-	
57	19 _e	-5743	818	-6561	21,7	180	10	
58	Переход	-4702	818	-5520	21,7	180	-	
59	18 _e	-3830	1695	-5520	45,0	180	60	
60	Переход	-2509	1695	-4199	45,0	180	-	
61	17 _e	-1913	2286	-4199	60,8	180	10	
62	Переход	-400	2286	-2687	60,8	180	-	
63	16 _e	0	2687	-2687	71,4	180	10	
64	Переход	2687	2687	0	71,4	180	-	
65	15 _e	2958	2958	0	78,6	180	10	
66	Переход	2589	2589	0	68,9	180	-	
67	14 _e	6125	2589	3536	68,9	180	60	
68	Переход	5792	2255	3536	60,0	180	-	
69	13 _e	6890	2255	4635	60,0	180	10	
70	Переход	5760	1130	4635	30,0	180	-	
71	12 _e	6890	1130	5760	30,0	180	10	
72	Переход	5760	0	5760	0	180	-	
73	10 _e	6890	0	6890	0	180	2	
74	0	0	0	0	0	180	-	
Конец A ^e 90 % (QII, QI)								
^a Т.к. в данной точке нагрузки давление отсутствует, время выдержки было уменьшено с 10 до 2 мин.								

D.6.4.5 Уровень 90 %TS-A, пять циклов QI – QIII

Как показано на рисунке D.29 и в таблице D.36, TS-A при CAL IV продолжается циклическим воздействием нагрузкой и температурой (пять циклов) от QI при температуре окружающей среды (до 65 °C включ.) до QIII при повышенной температуре. В точках выдержки в QI и QIII требуется оценка герметичности. Данное испытание может быть выполнено с установленной камерой наружного давления, а оценка герметичности проводится методом перепада давления (см. 5.8.2 и рисунком 16). Однако камеру наружного давления можно убрать, в этом случае может быть использован один из методов выявления утечки, приведенных в 5.7. Для испытания под наружным давлением, оценка герметичности должна осуществляться методом перепада давления (см. 5.8.2 и рисунок 17). Система должна оставаться закрытой для предотвращения вытекания горячей жидкости из камеры наружного давления.

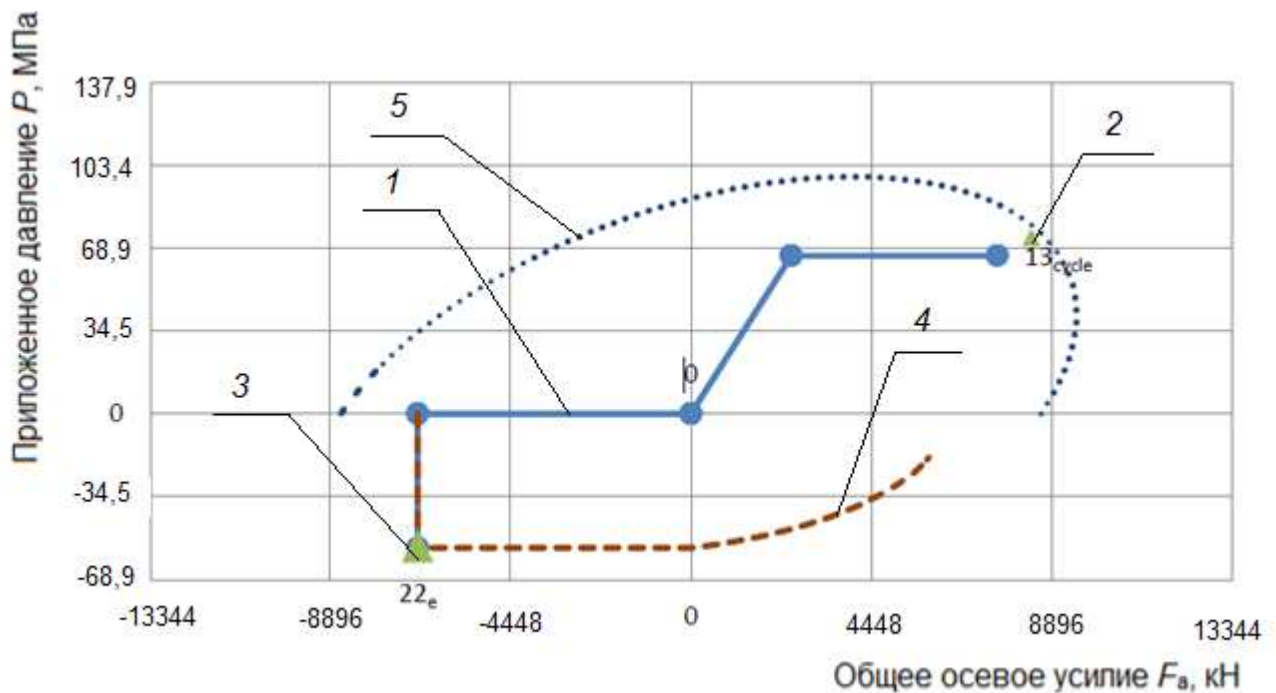


1 – точки TLE; 2 – точки CEE⁶⁵; 3 – точки CEE^e; 4 – кривая 3^e; 5 – кривая 4^a

Рисунок D.29 – A^e 90 % пять циклов QI – QIII, TS-A этапы нагрузки 75 – 125

Продолжение TS-A при CAL IV с пятью циклами QI-QIII на уровне 90 % Система выявления утечек для TS-A при повышенной температуре								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	CEPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °С	Время выдержки, мин	Направление
75	0	0	0	0	0	Охлаждение	-	Цикл 1 (уровень 90 %) См. таблицу 9, таблицу D.20, таблицу D.23 и рисунок D.29
76	Переход	2478	2478	0	9544	65	-	
77	13 _{cycle}	7558	2478	5084	9544	65	15	
78	Переход	2478	2478	0	9544	65	-	
79	0	0	0	0	0	65	-	
80	0	0	0	0	0	Нагрев	-	
81	Переход	-6744	0	-6744	0	180	-	
82	22 _e	-6744	0	-6744	8102	180	15	
83	Переход	-6744	0	-6744	0	180	-	
84	0	0	0	0	0	180	-	
85	0	0	0	0	0	Охлаждение	-	Цикл 2 (уровень 90 %) См. таблицу 9, таблицу D.20, таблицу D.23 и рисунок D.29
86	Переход	2478	2478	0	9544	65	-	
87	13 _{cycle}	7558	2478	5084	9544	65	15	
88	Переход	2478	2478	0	9544	65	-	
89	0	0	0	0	0	65	-	
90	0	0	0	0	0	Нагрев	-	
91	Переход	-6744	0	-6744	0	180	-	
92	22 _e	-6744	0	-6744	- 8102	180	15	
93	Переход	-6744	0	-6744	0	180	-	
94	0	0	0	0	0	180	-	
95	0	0	0	0	0	Охлаждение	-	Цикл 3 (уровень 90 %) См. таблицу 9, таблицу D.20, таблицу D.23 и рисунок D.29
96	Переход	2478	2478	0	65,8	65	-	
97	13 _{cycle}	7558	2478	5084	65,8	65	15	
98	Переход	2478	2478	0	65,8	65	-	
99	0	0	0	0	0	65	-	
100	0	0	0	0	0	Нагрев	-	
101	Переход	-6744	0	-6744	0	180	-	
102	22 _e	-6744	0	-6744	-55,9	180	15	
103	Переход	-6744	0	-6744	0	180	-	
104	0	0	0	0	0	180	-	
105	0	0	0	0	0	Охлаждение	-	Цикл 4 (уровень 90 %) См. таблицу 9, таблицу D.20, таблицу D.23 и рисунок D.29
106	Переход	2478	2478	0	65,8	65	-	
107	13 _{cycle}	7558	2478	5084	65,8	65	15	
108	Переход	2478	2478	0	65,8	65	-	
109	0	0	0	0	0	65	-	
110	0	0	0	0	0	Нагрев	-	
111	Переход	-6744	0	-6744	0	180	-	
112	22 _e	-6744	0	-6744	-55,9	180	15	
113	Переход	-6744	0	-6744	0	180	-	
114	0	0	0	0	0	180	-	
115	0	0	0	0	0	Охлаждение	-	Цикл 5 (уровень 90 %) См. таблицу 9, таблицу D.20, таблицу D.23 и рисунок D.29
116	Переход	2478	2478	0	65,8	65	-	
117	13 _{cycle}	7558	2478	5084	65,8	65	15	
118	Переход	2478	2478	0	65,8	65	-	
119	0	0	0	0	0	65	-	
120	0	0	0	0	0	Нагрев	-	
121	Переход	-6744	0	-6744	0	180	-	
122	22 _e	-6744	0	-6744	-55,9	180	15	
123	Переход	-6744	0	-6744	0	180	-	
124	0	0	0	0	0	180	-	
125	0	0	0	0	0	Охлаждение	-	
Конец циклов QI-QIII								
Переход с системы выявления утечек на режим испытаний при температуре окружающей среды								

D.6.4.6 Уровень 90 % TS-A при температуре окружающей среды (QI, QII)

Как показано на рисунке D.30 и в таблице D.37, TS-A при CAL IV продолжается испытанием под внутренним давлением при температуре окружающей среды. Серия точек нагрузки QI/QII выполняется в направлении CCW на уровне 90 %. В большинстве точек выдержки требуется оценка герметичности. Настоящее испытание может быть выполнено с установленной камерой наружного давления, при этом герметичности осуществляется методом выявления утечек по уровню воды (см. 5.8.1 и рисунок 14). Однако камеру наружного давления можно убрать, в этом случае может быть использован один из методов выявления утечек, приведенных в 5.7.

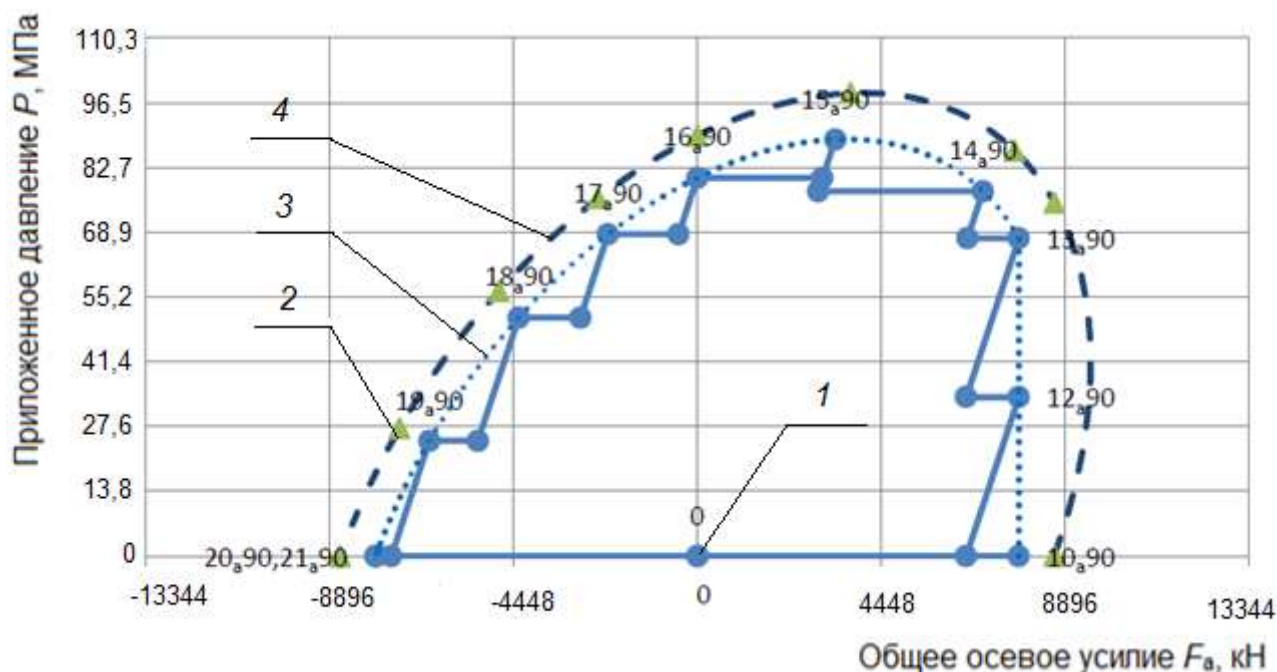

1 – точки TLE^a90; 2 – точки CEE^a; 3 – 90% CEE^a; 4 – кривая 4^a

Рисунок D.30 – A^a 90 % (QI, QII), TS-A этапы нагрузки 126 – 148


Т а б л и ц а D.37 – Уровень 90 % TS-A при температуре окружающей среды (QI, QII)

Продолжение CAL IV TS-A с A ^a 90 % (QI-QIII) Система выявления утечек для TS-A при температуре окружающей среды								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	СЕPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °С	Время выдержки, мин	Направление
126	0	0	0	0	0	Окружающей среды	-	CCW (уровень 90 %) См. таблицу 9, таблицу D.19 и рисунок D.30
127	10 _a 90	7775	0	7775	0		2	
128	Переход	6499	0	6499	0		-	
129	12 _a 90	7775	1272	6499	33,8		10	
130	Переход	6499	1272	5227	33,8		-	
131	13 _a 90	7775	2544	5227	67,7		10	
132	Переход	6534	2544	3986	67,7		-	
133	14 _a 90	6908	2922	3986	77,7		10	
134	Переход	2922	2922	0	77,7		-	
135	15 _a 90	3336	3336	0	88,7		10	

Продолжение CAL IV TS-A с A ^a 90 % (QI-QIII) Система выявления утечек для TS-A при температуре окружающей среды								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	SEPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °С	Время выдержки, мин	Направление
136	Переход	3029	3029	0	80,6		-	
137	16 _a 90	0	3029	-3029	80,6		60	
138	Переход	-454	2580	-3029	68,5		-	
139	17 _a 90	-2157	2580	-4737	68,5		10	
140	Переход	-2829	1908	-4737	50,8		-	
141	18 _a 90	-4319	1908	-6228	50,8		10	
142	Переход	-5307	921	-6228	24,5		-	
143	19 _a 90	-6477	921	-7402	24,5		10	
144	Переход	-7402	0	-7402	0		-	
145	20 _a 90	-7775	0	-7775	0		2 ^a	
146	Переход	-7775	0	-7775	0		-	
147	21 _a 90	-7775	0	-7775	0		2	
148	0	0	0	0	0		-	
Конец A ^a 90 % (QI, QII)								
Переход от испытаний под внутренним давлением к испытаниям под наружным давлением								
^a Т.к. в данной точке нагрузки давление отсутствует, время выдержки было уменьшено с 10 до 2 мин.								

D.6.4.7 TS- A уровень 90 % при температуре окружающей среды (QIII, QIV) и (QIV, QIII)

Как показано на рисунке D.31 и в таблице D.38, TS-A при CAL IV продолжается испытанием под наружным давлением. Серия точек нагрузки QIII/QIV выполняется сначала в направлении CCW, а затем в направлении CW (для оценки зависимости траектории нагрузки) на уровне 90 %. В большинстве точек выдержки требуется оценки герметичности. Оценка герметичности осуществляется методом выявления утечек по уровню воды (см. 5.8.1 и рисунок 14).

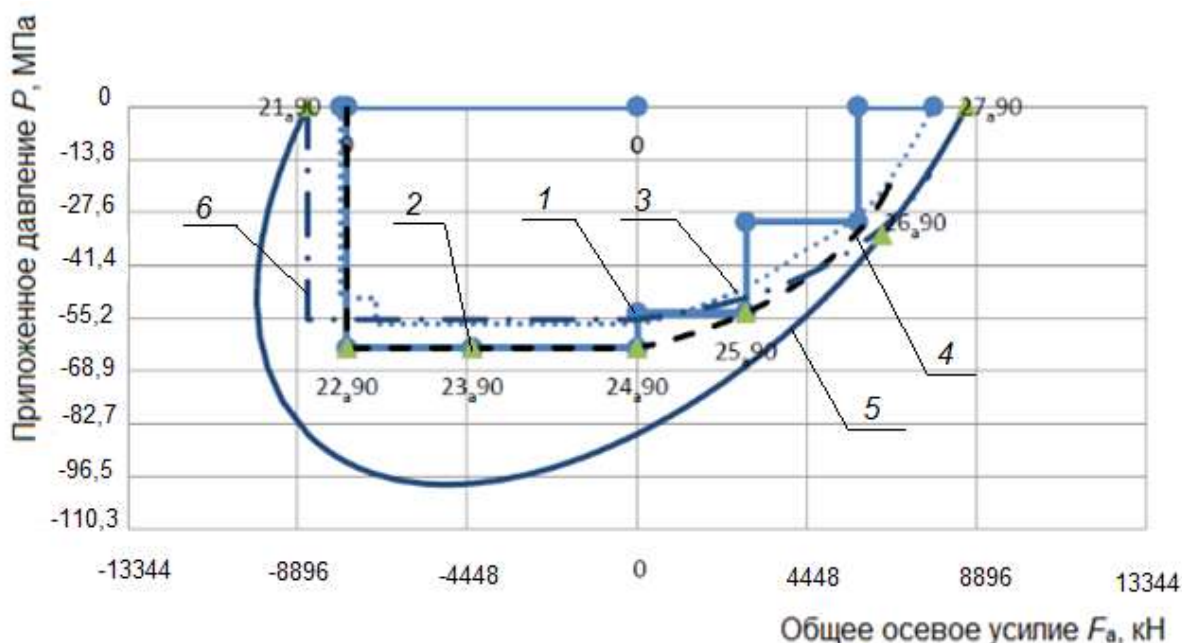

1 – точки TLE^a90; 2 – точки CEE^a; 3 – 90 % CEE^a; 4 – кривая 3^a; 5 – кривая 4^a; 6– кривая 5^a

Рисунок D.31 – A^a 90 % (QIII, QIV) и A^a 90 % (QIV, QIII), TS-A этапы нагрузки 149 – 175

Т а б л и ц а D.38 – Уровень 90 % TS-A при температуре окружающей среды (QIII, QIV) и (QIV, QIII)

Продолжение TS-A при CAL IV с A ^a 90 % (QIII, QIV) и A ^a 90 % (QIV, QIII) Система выявления утечек для TS-A при температуре окружающей среды									
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	CEPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °С	Время выдержки, мин	Направление	
149	0	0	0	0	0	Окружающей среды	-	CCW (уровень 90 %) См. таблицу 9, таблицу D.19 и рисунок D.31	
150	21 _a 90	-7775	0	-7775	0		2		
151	Переход	-7606	0	-7606	0		-		
152	22 _a 90	-7606	0	-7606	-63,0		60		
153	Переход	-4319	0	-4319	-63,0		-		
154	23 _a 90	-4319	0	-4319	-63,0		10		
155	Переход	-4319	0	-4319	-63,0		-		
156	24 _a 90	0	0	0	-63,0		10		
157	Переход	0	0	0	-53,9		-		
158	25 _a 90	2851	0	2851	-53,9		10		
159	Переход	2851	0	2851	-30,2		-		
160	26 _a 90	5787	0	5787	-30,2		10		
161	Переход	5787	0	5787	0		-		
162	27 _a 90	7775	0	7775	0		2		
163	Переход	5787	0	5787	0		-		
164	26 _a 90	5787	0	5787	-30,2		10		
165	Переход	2851	0	2851	-30,2		-		
166	25 _a 90	2851	0	2851	-53,9		10		
167	Переход	0	0	0	-53,9		-		
168	24 _a 90	0	0	0	-63,0		60		
169	Переход	-4319	0	-4319	-63,0		-		
170	23 _a 90	-4319	0	-4319	-63,0		10		
171	Переход	-4319	0	-4319	-63,0		-		
172	22 _a 90	-7606	0	-7606	-63,0		10		
173	Переход	-7606	0	-7606	0		-		
174	21 _a 90	-7775	0	-7775	0		2		
175	0	0	0	0	0		-		
Конец A ^a 90 % (QIII, QIV) и A ^a 90 % (QIV, QIII) Переход от испытаний под внутренним давлением к испытаниям под наружным давлением									


D.6.4.8 Уровень 90 % TS-A при температуре окружающей среды (QII, QI)

Как показано на рисунке D.32 и в таблице D.39, TS-A при CAL IV продолжается испытанием под внутренним давлением. Серия точек нагрузки QI/QII осуществляется в направлении CW для оценки зависимости от траектории нагрузки на уровне 90 %. В большинстве точек выдержки требуется оценка герметичности. Настоящее испытание может быть выполнено при установленной камере наружного давления, при этом оценка герметичности осуществляется методом выявления утечек по уровню воды (см. 5.8.1 и рисунок 14). Однако камеру наружного давления можно убрать, в этом случае может быть использован один из методов выявления утечек, приведенных в 5.7. Успешное завершение

ГОСТ ISO 13679 – 20

(Проект, окончательная редакция)

каждого испытания вплоть до конца данного цикла испытаний подтверждает соответствие испытательного образца для CAL IV на уровне 90 %.

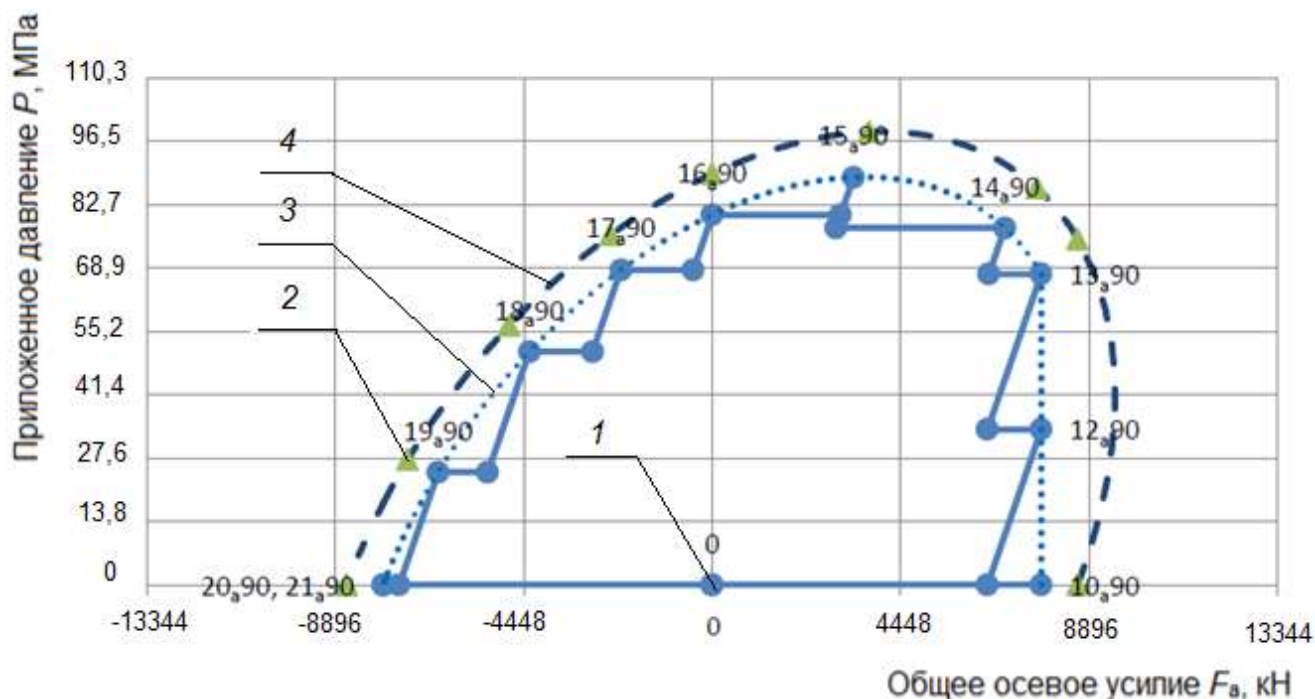

1 – точки TLE^a90; 2 – точки CEE^a; 3 – 90 % CEE^a; 4 – кривая 4^a


Рисунок D.32 – A^a 90 % (QI, QII), TS-A этапы нагрузки 176 – 198

Т а б л и ц а D.39 – Уровень 90 % TS-A при температуре окружающей среды (QII, QI)

Продолжение TS-A при CAL IV с A ^a 90 % (QI, QII)								
Система выявления утечек для TS-A при температуре окружающей среды								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	SEPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °С	Время выдержки, мин	Направление
176	0	0	0	0	0	Окружающей среды	-	CW (уровень 90 %) См. таблицу 9, таблицу D.19 и рисунок D.32
177	21 _a 90	-7775	0	-7775	0		2	
178	Переход	-7775	0	-7775	0		-	
179	20 _a 90	-7775	0	-7775	0		2 ^a	
180	Переход	-7402	0	-7402	0		-	
181	19 _a 90	-6477	921	-7402	24,5		10	
182	Переход	-5307	921	-6228	24,5		-	
183	18 _a 90	-4319	1908	-6228	50,8		60	
184	Переход	-2829	1908	-4737	50,8		-	
185	17 _a 90	-2157	2580	-4737	68,5		10	
186	Переход	-454	2580	-3029	68,5		-	
187	16 _a 90	0	3029	-3029	80,6		10	
188	Переход	3029	3029	0	80,6		-	
189	15 _a 90	3336	3336	0	88,7		10	
190	Переход	2922	2922	0	77,7		-	
191	14 _a 90	6908	2922	3986	77,7		60	
192	Переход	6534	2544	3986	67,7		-	
193	13 _a 90	7775	2544	5227	67,7		10	
194	Переход	6499	1272	5227	33,8		-	
195	12 _a 90	7775	1272	6499	33,8	10		
196	Переход	6499	0	6499	0	-		
197	10 _a 90	7775	0	7775	0	2		
198	0	0	0	0	0	-		
Конец TS-A на уровне 90 %								
^a Т.к. в данной точке нагрузки давление отсутствует, время выдержки было уменьшено с 10 до 2 мин.								

D.6.4.9 Уровень 95 % TS-A при температуре окружающей среды (QI, QII)

Для подтверждения эксплуатационных характеристик резьбовых соединений на уровне 95 %, TS-A при CAL IV продолжается испытанием под внутренним давлением, как показано на рисунке D.33 и в таблице D.40. Серия точек нагрузки QI/QII выполняется в направлении CCW на уровне 95 %. В большинстве точек выдержки требуется оценки герметичности. Настоящее испытание может быть выполнено при установленной камере наружного давления, при этом оценка герметичности осуществляется методом выявления утечек по уровню воды (см. 5.8.1 и рисунок 14). Однако камеру наружного давления можно убрать, в этом случае может быть использован один из методов выявления утечек, приведенных в 5.7.

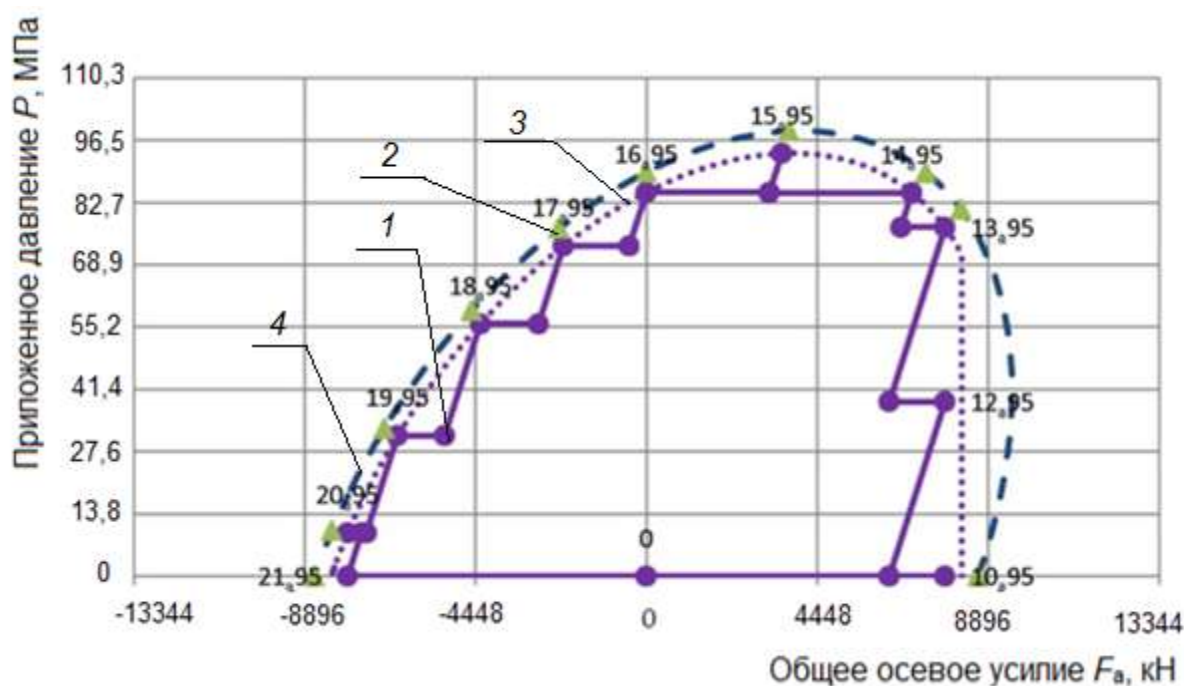

1 – точки TLE^a95; 2 – точки CEE^a; 3 – 95 % CEE^a; 4 – кривая 4^a

Рисунок D.33 – A^a 95 % (QI, QII), TS-A этапы нагрузки 199 – 221

Т а б л и ц а D.40 – Уровень 95 % TS-A при температуре окружающей среды (QI, QII)


Продолжение TS-A с A ^a 95 % (QI, QII)								
Система выявления утечек для TS-A при температуре окружающей среды								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	CEPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °C	Время выдержки, мин	Направление
199	0	0	0	0	0	Окружающей среды	-	CCW (уровень 95 %) См. таблицу 9, таблицу D.16 и рисунок D.33
200	10 _a 95	7775	0	7775	0		2	
201	Переход	6321	0	6321	0		-	
202	12 _a 95	7775	1455	6321	38,6		10	
203	Переход	6321	1455	4866	38,6		-	
204	13 _a 95	7775	2909	4866	77,3		10	
205	Переход	6623	2909	3714	77,3		-	
206	14 _a 95	6908	3194	3714	84,9		10	
207	Переход	3194	3194	0	84,9		-	

ГОСТ ISO 13679 – 20
 (Проект, окончательная редакция)
 Окончание таблицы D.40

Продолжение TS-A с A ^a 95 % (QI, QII) Система выявления утечек для TS-A при температуре окружающей среды								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	SEPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °C	Время выдержки, мин	Направление
208	15 _a 95	3523	3523	0	93,6		10	
209	Переход	3198	3198	0	85,0		-	
210	16 _a 95	0	3198	-3198	85,0		60	
211	Переход	-445	2753	-3198	73,2		-	
212	17 _a 95	-2157	2753	-4911	73,2		10	
213	Переход	-2807	2104	-4911	55,9		-	
214	18 _a 95	-4319	2104	-6423	55,9		10	
215	Переход	-5253	1170	-6423	31,1		-	
216	19 _a 95	-6477	1170	-7651	31,1		10	
217	Переход	-7286	360	-7651	9,6		-	
218	20 _a 95	-7775	360	-8136	9,6		10	
219	Переход	-7415	360	-7775	9,6		-	
220	21 _a 95	-7775	0	-7775	0		2	
221	0	0	0	0	0		-	
Конец A ^a 95 % (QI, QII) Переход от испытаний под внутренним давлением, к испытаниям под наружным давлением								

D.6.4.10 Уровень 95 % TS-A при температуре окружающей среды (QIII, QIV) и (QIV, QIII)

Как показано на рисунке D.34 и в таблице D.41, TS-A при CAL IV продолжается испытанием под наружным давлением. Серия точек нагрузки QIII/QIV осуществляется сначала в направлении CCW, а затем в направлении CW (для оценки зависимости траектории нагрузки) на уровне 95 %. В большинстве точек выдержки требуется оценки герметичности. Оценка герметичности должна проводиться при помощи метода выявления утечек по уровню воды (см. 5.8.1 и рисунок 14).

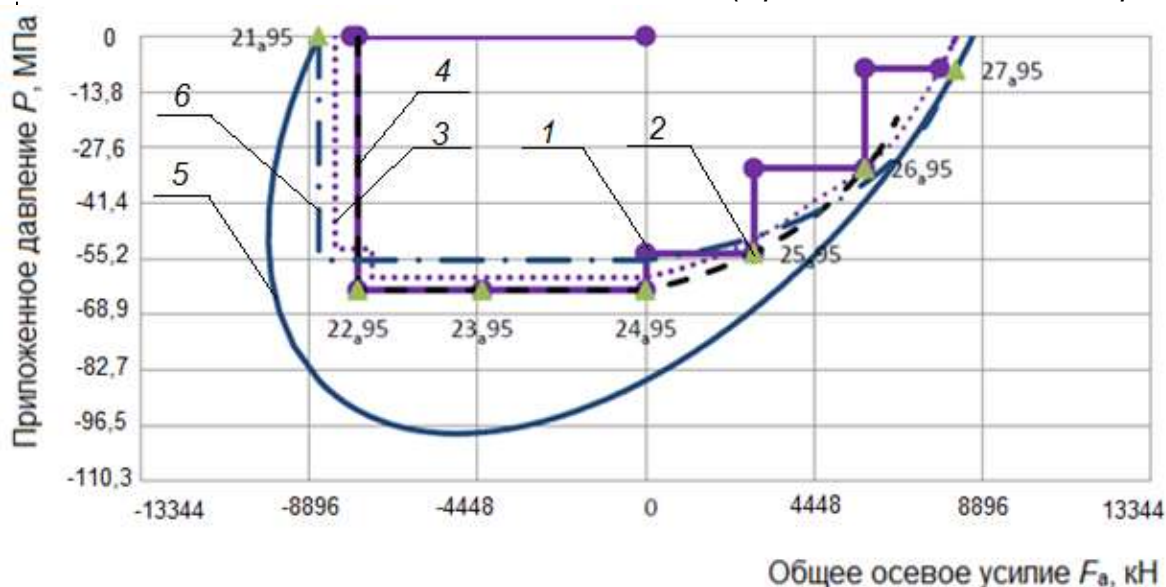

1 – точки TLE^a95; 2 – точки CEE^a; 3 – 95 % CEE^a; 4 – кривая 3^a; 5 – кривая 4^a; 6 – кривая 5^a


Рисунок D.34 – A^a 95 % (QIII, QIV) и A^a 95 % (QIV, QIII), TS-A этапы нагрузки 222 – 248

Т а б л и ц а D.41 – Уровень 95 % TS-A при температуре окружающей среды (QIII, QIV) и (QIV, QIII)

Продолжение TS-A при CAL IV с A ^a 95 % (QIII, QIV) и A ^a 95 % (QIV, QIII) Система выявления утечек для TS-A при температуре окружающей среды								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	CEPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °С	Время выдержки, мин	Направление
222	0	0	0	0	0	Окружающей среды	-	CCW (уровень 95 %)
223	21 _a 95	-7775	0	-7775	0		2	
224	Переход	-7606	0	-7606	0		-	
225	22 _a 95	-7606	0	-7606	-63,0		60	
226	Переход	-4319	0	-4319	-63,0		-	
227	23 _a 95	-4319	0	-4319	-63,0		10	
228	Переход	-4319	0	-4319	-63,0		-	
229	24 _a 95	0	0	0	-63,0		10	
230	Переход	0	0	0	-53,9		-	
231	25 _a 95	2851	0	2851	-53,9		10	
232	Переход	2851	0	2851	-32,8		-	
233	26 _a 95	5787	0	5787	-32,8		10	
234	Переход	5787	0	5787	-8,0		-	
235	27 _a 95	7775	0	7775	-8,0		2	
236	Переход	5787	0	5787	-8,0		-	
237	26 _a 95	5787	0	5787	-32,8		10	
238	Переход	2851	0	2851	-32,8		-	
239	25 _a 95	2851	0	2851	-53,9		10	
240	Переход	0	0	0	-53,9		-	
241	24 _a 95	0	0	0	-63,0		60	
242	Переход	-4319	0	-4319	-63,0		-	
243	23 _a 95	-4319	0	-4319	-63,0		10	
244	Переход	-4319	0	-4319	-63,0		-	
245	22 _a 95	-7606	0	-7606	-63,0		10	
246	Переход	-7606	0	-7606	0	-		
247	21 _a 95	-7775	0	-7775	0	2		
248	0	0	0	0	0	-		
Конец A ^a 95 % (QIII, QIV) и A ^a 95 % (QIV, QIII) Переход от испытаний под наружным давлением, к испытаниям под внутренним давлением								

D.6.4.11 Уровень 95 % TS-A при температуре окружающей среды (QII, QI)

Как показано на рисунке D.35 и в таблице D.42, TS-A при CAL IV заканчивается испытанием под внутренним давлением. Серия точек нагрузки QI/QII выполняется в направлении CW, что позволяет оценить зависимость от траектории нагрузки на уровне 95 %. В большинство точек выдержки требуется оценка герметичности. Настоящее испытание может быть выполнено при установленной камере наружного давления, при этом оценка герметичности проводится методом выявления утечек по уровню воды (см. 5.8.1 и рисунок 14). Однако камеру наружного давления можно убрать, в этом случае может быть использован один из методов выявления утечек, приведенных в 5.7.

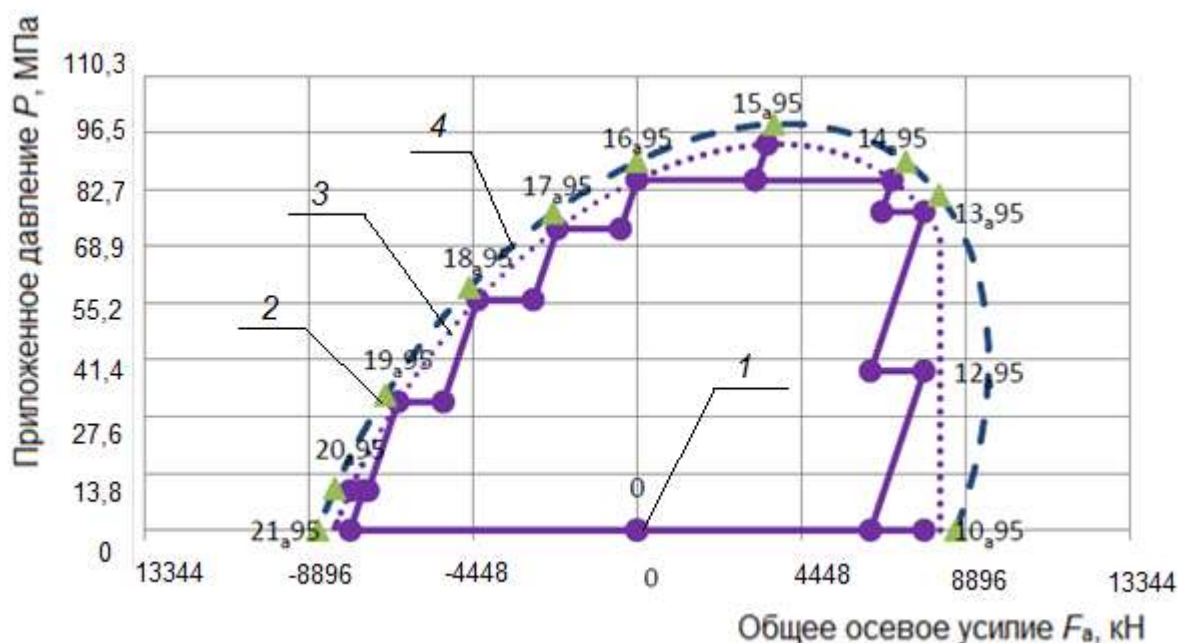

1 – точки TLE^a95; 2 – точки CEE^a; 3 – 95 % CEE^a; 4 – кривая 4^a

Рисунок D.35 – A^a 95 % (QI, QII), TS-A этапы нагрузки 249 – 271

Т а б л и ц а D.42 – Уровень 95 % TS-A при температуре окружающей среды (QII, QI)

Продолжение TS-A при CAL IV с A ^a 95 % (QII, QI) Система выявления утечек для TS-A при температуре окружающей среды								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	СЕPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °C	Время выдержки, мин	Направление
249	0	0	0	0	0	Окружающей среды	-	CW (уровень 95 %) См. таблицу 9, таблицу D.16 и рисунок D.35
250	21 _a 95	-7775	0	-7775	0		2	
251	Переход	-7415	360	-7775	9,6		-	
252	20 _a 95	-7775	360	-8136	9,6		10	
253	Переход	-7286	360	-7651	9,6		-	
254	19 _a 95	-6477	1170	-7651	31,1		10	
255	Переход	-5253	1170	-6423	31,1		-	
256	18 _a 95	-4319	2104	-6423	55,9		60	
257	Переход	-2807	2104	-4911	55,9		-	
258	17 _a 95	-2157	2753	-4911	73,2		10	
259	Переход	-445	2753	-3198	73,2		-	
260	16 _a 95	0	3198	-3198	85,0		10	
261	Переход	3198	3198	0	85,0	-		

Окончание таблицы D.42

Продолжение TS-A при CAL IV с A ^a 95 % (QII, QI) Система выявления утечек для TS-A при температуре окружающей среды								
Этап нагрузки	Точка нагрузки LP	Общее усилие, кН	SEPL, кН	Нагрузка от нагрузочного устройства, кН	Давление, МПа	Температура, °C	Время выдержки, мин	Направление
262	15 _{a95}	3523	3523	0	93,6		10	
263	Переход	3194	3194	0	84,9		-	
264	14 _{a95}	6908	3194	3714	84,9		60	
265	Переход	6623	2909	3714	77,3		-	
266	13 _{a95}	7775	2909	4866	77,3		10	
267	Переход	6321	1455	4866	38,6		-	
268	12 _{a95}	7775	1455	6321	38,6		10	
269	Переход	6321	0	6321	0		-	
270	10 _{a95}	7775	0	7775	0		2	
271	0	0	0	0	0		-	
Конец TS-A при CAL IV								

D.7 Прочие примеры

D.7.1 Общие положения

Для моделирования конкретных ситуаций, которые могут возникнуть на практике, в настоящем пункте представлены дополнительные примеры расчета эталонных кривых испытательного образца тела трубы, точек CEE и точек нагрузки TLE, основанных на различных параметрах трубы и резьбового соединения.

D.7.2 Общее соединение с резьбой и муфтой T&C наружным диаметром 139,7 мм, толщиной стенки 17,45 мм, группы прочности T-95

D.7.2.1 Общие положения

В настоящем разделе приведены входные параметры для определения эталонных кривых испытательного образца тела трубы, CEE и точек CEE, а также TLE и точек нагрузки TLE для условного соединения T&C 139,7 мм, 17,45 мм, группа прочности T-95, при температуре окружающей среды. В данном примере использован стандартный класс давления смятия по API. Предполагается, что резьбовое соединение является общим соединением T&C с внутренним уплотнением металл-металл и с заплечиком для передачи крутящего момента.

D.7.2.2 Эталонные кривые испытательного образца тела трубы

Эталонные кривые тела трубы при температуре окружающей среды рассчитаны в соответствии с D.4 на основе входных параметров тела трубы, приведенных в таблице D.43. Полученные эталонные кривые представлены на рисунке D.36.

Т а б л и ц а D.43 – Пример параметров тела трубы, используемых для расчета эталонных кривых при температуре окружающей среды

Номинальный наружный диаметр	Номинальная толщина стенки	SMYS	D_{avg}	t_{min}	t_{avg}	AMYS ^a
139,7 мм	17,45 мм	655 МПа	140,74 мм	16,05 мм	17,27 мм	707 МПа



Рисунок D.36 – Эталонные кривые испытательного образца тела трубы (кривые 1^а, 2^а, 4^а и 5^а)

На рисунке D.36 кривые номинального давления смятия по API и фактического давления смятия по API (кривые 2^а и 5^а) в некоторых областях диаграммы превышают 100 % VME. Этот риск чаще всего возникает при расчете давления смятия по пределу текучести для труб по формуле (35). Следует соблюдать осторожность для обеспечения того, чтобы точки нагрузки не превышали заданную величину в процентах от VME.

D.7.2.3 CEE^а и TLE^а

При разработке CEE изготовитель ограничил сжатие вертикальным сечением в QII и QIII для предотвращения деформации заплечика резьбового соединения, передающего крутящий момент. Исходя из фактических размеров резьбового соединения и предела текучести материала, сжатие ограничено до 60 % от фактической прочности испытательного образца тела трубы при сжимающей нагрузке (F_c); однако прочность при растяжении оставалась равной 100 % от фактической прочности тела трубы при растягивающей нагрузке (F_t).

Поэтому для данного примера:

$$- CEE^a t = A_p \times AMYS^a = 6699,66 \times 707/1000 = 4733 \text{ кН};$$

$$- CEE^a c = -60 \% \times A_p \times AMYS^a = -60 \% \times 6699,66 \times 707 = -2842 \text{ кН}.$$

Для внутреннего давления (p_i), CEE^а определена как 100 % от кривой фактического VME испытательного образца тела трубы (кривая 4^а) при нагрузках между CEE^аc и CEE^аt. Для наружного давления (p_o), CEE была определена как 100 % от наименьшей из двух кривых: кривой фактического VME испытательного образца тела трубы (кривая 4^а) и кривой


фактического давления смятия по API (кривая 5^а) при нагрузках между CEE^{ас} и CEE^{ат}. Поскольку точки CEE основаны на фактических размерах резьбового соединения и пределе текучести материала, для точек нагрузки TLE^а использовалось двухосное масштабирование. В таблице D.44 приведены полученные точки CEE^а и точки нагрузки TLE^а при температуре окружающей среды, а на рисунке D.37 приведены точки CEE^а и TLE^а.

Т а б л и ц а D.44 – Точки CEE^а и точки приложения нагрузки TLE^а

Точка нагрузки	Область оценки резьбового соединения (CEE)		Область испытательных нагрузок (TLE)	
	Осевая точка F_a , кН	Точка давления p_i или p_o , МПа	Осевое усилие F_a , кН	Нагрузка под давлением p_i или p_o , МПа
1 _{а80}	4733	101,5	3172	0
2 _{а80}	не применяется	не применяется	3172	27,5
3 _{а80}	не применяется	не применяется	3172	55,1
4 _{а80}	3963	137,7	3172	110,2
5 _{а80}	1459	164,8	1170	131,9
6 _{а80}	0	156,0	0	124,8
7 _{а80}	-1775	126,8	-1419	101,4
8 _{а80}	не применяется	не применяется	-1419	50,7
9 _{а80}	-2842	0	-1419	0
10 _{а95}	4733	101,5	4261	0
11 _{а95}	не применяется	не применяется	4261	27,9
12 _{а95}	не применяется	не применяется	4261	55,7
13 _{а95}	4484	117,4	4261	111,5
14 _{а95}	3986	137,1	3790	130,2
15 _{а95}	1459	164,8	1388	156,6
16 _{а95}	0	156,0	0	148,2
17 _{а95}	-747	146,2	-712	138,9
18 _{а95}	-1495	132,8	-1419	126,2
19 _{а95}	-2242	115,4	-2131	109,6
20 _{а95}	-2691	102,7	-2558	97,5
21 _{а95}	-2842	0	-2558	0
22 _{а95}	-2691	-164,9	-2558	-144,6
23 _{а95}	-1495	-159,9	-1419	-144,6
24 _{а95}	0	-142,8	0	-135,7
25 _{а95}	1646	-111,4	1561	-105,8
26 _{а95}	3341	-62,7	3172	-59,6
27 _{а95}	4484	-14,0	4261	-13,3
10 _{а90}	4733	0	4261	0
11 _{а90}	4733	101,5	4261	22,8
12 _{а90}	4733	101,5	4261	45,7
13 _{а90}	4733	101,5	4261	91,3
14 _{а90}	4208	129,6	3790	116,6
15 _{а90}	1459	164,8	1312	148,3
16 _{а90}	0	156,0	0	140,4

Окончание таблицы D.42

Точка нагрузки	Область оценки резьбового соединения (CEE)		Область испытательных нагрузок (TLE)	
	Осевая точка F_a , кН	Точка давления p_i или p_o , МПа	Осевое усилие F_a , кН	Нагрузка под давлением p_i или p_o , МПа
17 _a 90	-787	145,5	-712	131,0
18 _a 90	-1579	131,1	-1419	118,0
19 _a 90	-2366	112,1	-2131	100,9
20 _a 90	-2842	98,0	-2558	88,2
21 _a 90	-2842	0	-2558	0
22 _a 90	-2842	-164,9	-2558	-143,2
23 _a 90	-1579	-160,6	-1419	-143,2
24 _a 90	0	-142,8	0	-128,5
25 _a 90	1735	-109,2	1561	-98,3
26 _a 90	3523	-56,0	3172	-50,4
27 _a 90	4733	0	4261	0
28 _a 90	не применяется	не применяется	2753	0
29 _a 90	не применяется	не применяется	2963	23,3
30 _a 90	не применяется	не применяется	1170	116,6
31 _a 90	не применяется	не применяется	343	23,3

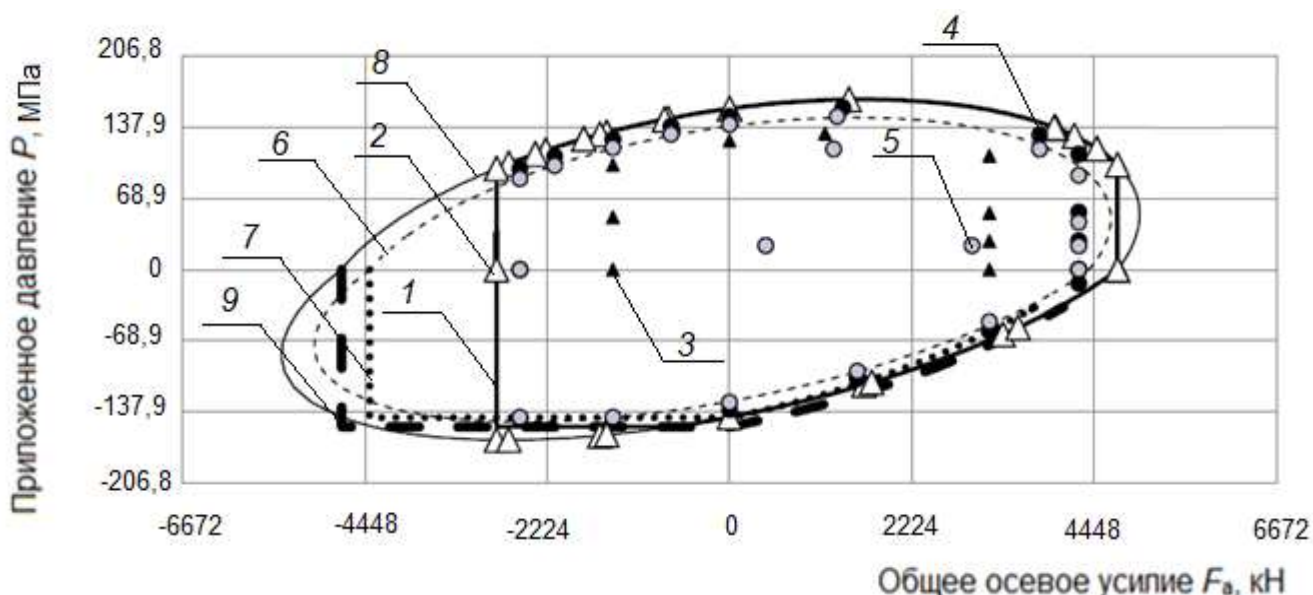

1 – CEE^a; 2 – точки CEE^a; 3 – точки TLE^a80; 4 – точки TLE^a95; 5 – точки TLE^a90; 6 – кривая 1^a;
7 – кривая 2^a; 8 – кривая 4^a; 9 – кривая 5^a

Рисунок D.37 – Точки CEE^a и точки нагрузки TLE^a

D.7.3 Общее равнопроходное соединение диаметром 473,08 мм, толщиной стенки 11,05 мм, группы прочности L-80

D.7.3.1 Общие положения

В настоящем пункте приведены входные параметры для определения эталонных кривых испытательного образца тела трубы, CEE и точек CEE, TLE и точек нагрузки TLE для условного равнопроходного соединения диаметром 473,08 мм, толщиной стенки 11,05 мм, группы прочности L-80 при температуре окружающей среды. В данном примере использован стандартный класс давления смятия по API. Предполагается, что


рассматриваемое резьбовое соединение является общим равнопроходным соединением с внутренним уплотнением металл-металл и внешним заплечиком для передачи крутящего момента.

D.7.3.2 Эталонные кривые испытательного образца тела трубы

Эталонные кривые тела трубы при температуре окружающей среды рассчитаны в соответствии с D.2 с учетом входных параметров трубы, приведенных в таблице D.45. Полученные эталонные кривые представлены на рисунке D.38.

Т а б л и ц а D.45 — Пример параметров трубы, используемых для расчета эталонных кривых при температуре окружающей среды

Номинальный наружный диаметр	Номинальная толщина стенки	SMYS	D_{avg}	t_{min}	t_{avg}	AMYS ^a
473,08 мм	11,05 мм	552 МПа	476,63 мм	10,16 мм	10,97 мм	603 МПа

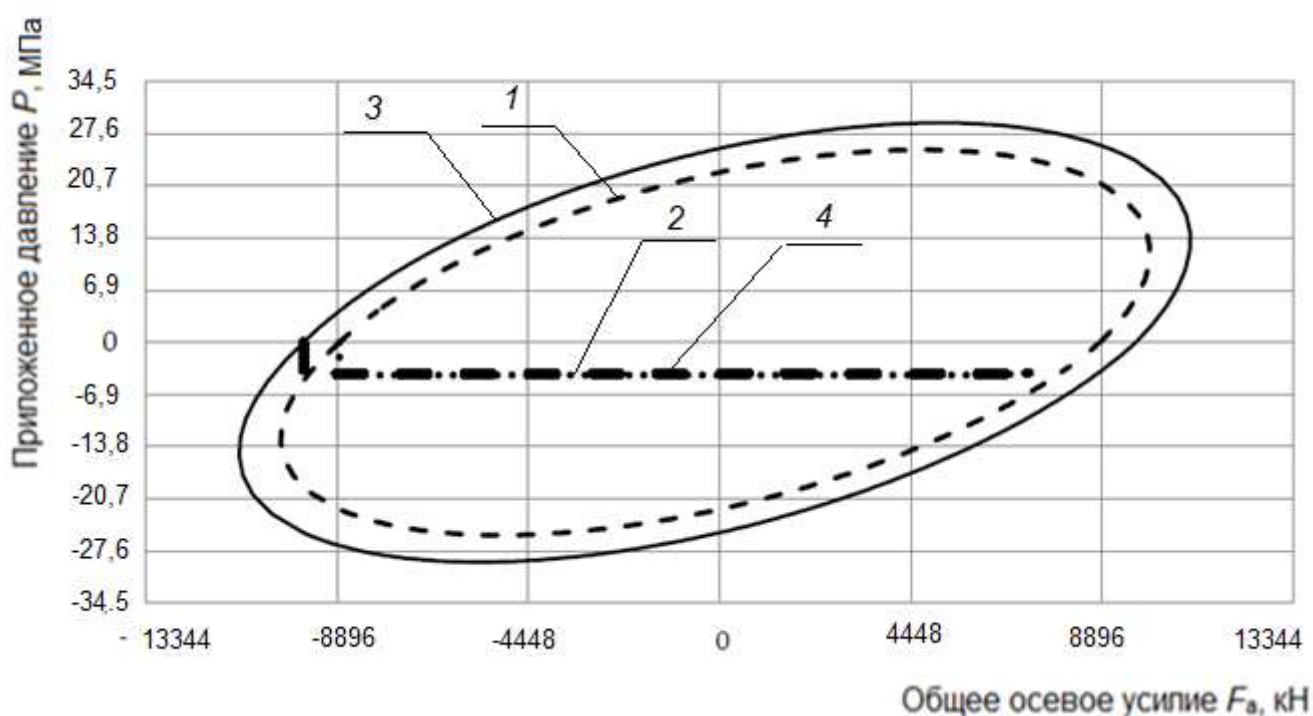

1 – кривая 1^a; 2 – кривая 2^a; 3 – кривая 4^a; 4 – кривая 5^a

Рисунок D.38 – Эталонные характеристики испытательного образца тела трубы (кривые 1^a, 2^a, 4^a и 5^a)

D.7.3.3 CEE^a и TLE^a

Поскольку данное условное равнопроходное резьбовое соединение защищено под толщину стенки тела трубы, резьбовое соединение эффективно не на 100 % по отношению к телу трубы. Номинальные эксплуатационные характеристики резьбового соединения основаны на минимальных эксплуатационных характеристиках трубы по API, установленных ISO/TR 10400:2018. Изготовитель предоставляет номинальные значения растяжения, сжатия, внутреннего и наружного давления резьбового соединения (см.

таблицу D.46), исходя из размеров трубы и предела текучести, используемых для определения кривых номинального VME и номинального давления смятия по API (кривая 1^a и кривая 2^a).

Т а б л и ц а D.46 – Номинальная СЕЕ

Параметр	Одноосное растяжение	Одноосное сжатие	Одноосное внутреннее давление	Одноосное наружное давление
Точка СЕЕ	10 _a 90	21 _a 90	6 _a 80, 16 _a 90, 16 _a 95	24 _a 90, 24 _a 95
Номинальная труба	8848 кН	- 8848 кН	22,5 МПа	- 4,3 МПа
Номинальное соединение	5485 кН	- 3363 кН	22,5 МПа	- 4,3 МПа
Номинальные эксплуатационные характеристики	62 %	38 %	100 %	100 %

При этом условный изготовитель предусмотрел, что фактические характеристики резьбового соединения зависят от фактических размеров резьбового соединения и прочности материала. Некоторые возможные расчеты включают следующее:

а) фактическое среднее значение наружного диаметра трубы больше номинального наружного диаметра трубы. В результате толщина муфты может быть больше номинальной, что может изменить фактическое значение растяжения муфты;

б) средний внутренний диаметр трубы больше номинального внутреннего диаметра трубы. В результате толщина ниппельного конца может быть меньше номинальной, что может изменить фактическое значение растяжения ниппельного конца;

с) среднее значение наружного диаметра трубы больше номинального наружного диаметра трубы. В результате внешний заплечик для передачи крутящего момента может быть больше номинального, что может изменить фактическое значение сжатия;

д) размеры и предел текучести, указанные в качестве входных параметров фактической трубы, приводят к изменению номинального давления в трубе; однако размерные факторы не влияют таким же образом на номинальные параметры резьбовых соединений, что по отношению к фактическому образцу могло бы привести к изменению фактического внутреннего давления и фактического наружного давления.


После рассмотрения фактических размеров резьбовых соединений, прочность при растяжении уменьшилась до 60 % от фактической прочности тела трубы (F_t); однако, прочность при сжатии была увеличена до 40 % от фактической прочности тела трубы (F_c). Ни сила внутреннего давления, ни сила наружного давления линейно не зависят от фактической прочности испытательного образца тела трубы. Заказчику были сообщены функции для определения силы внутреннего давления и силы наружного давления на основе фактических размеров трубы; однако, методика разработки этих расчетов

находится за пределами области применения настоящего стандарта. В результате, во избежание путаницы формулы в настоящем стандарте не приведены. Условные точки СЕЕ, относящиеся к номинальным значениям резьбового соединения, приведены в таблице D.47, а на рисунке D.39 приведена полная диаграмма СЕЕ.

Т а б л и ц а D.47 – Фактическая СЕЕ^а

Параметр	Одноосное растяжение	Одноосное сжатие	Одноосное внутреннее давление	Одноосное наружное давление
Точки СЕЕ	10 _а 90	21 _а 90	6 _а 80, 16 _а 90, 16 _а 95	24 _а 90, 24 _а 95
Фактическая труба	9684 кН	- 9684 кН	25,7 МПа	- 4,1 МПа
Фактическое резьбовое соединение	5809 кН	- 3874 кН	24,6 МПа	- 4,3 МПа
Фактическая эффективность	60 %	40 %	96 %	105 %

П р и м е ч а н и е – Фактическое давление смятия образца по API (4,1 МПа) меньше номинального давления смятия по API (4,3 МПа) – данная вероятность встречается чаще для труб, использующих формулу давления упругого смятия.

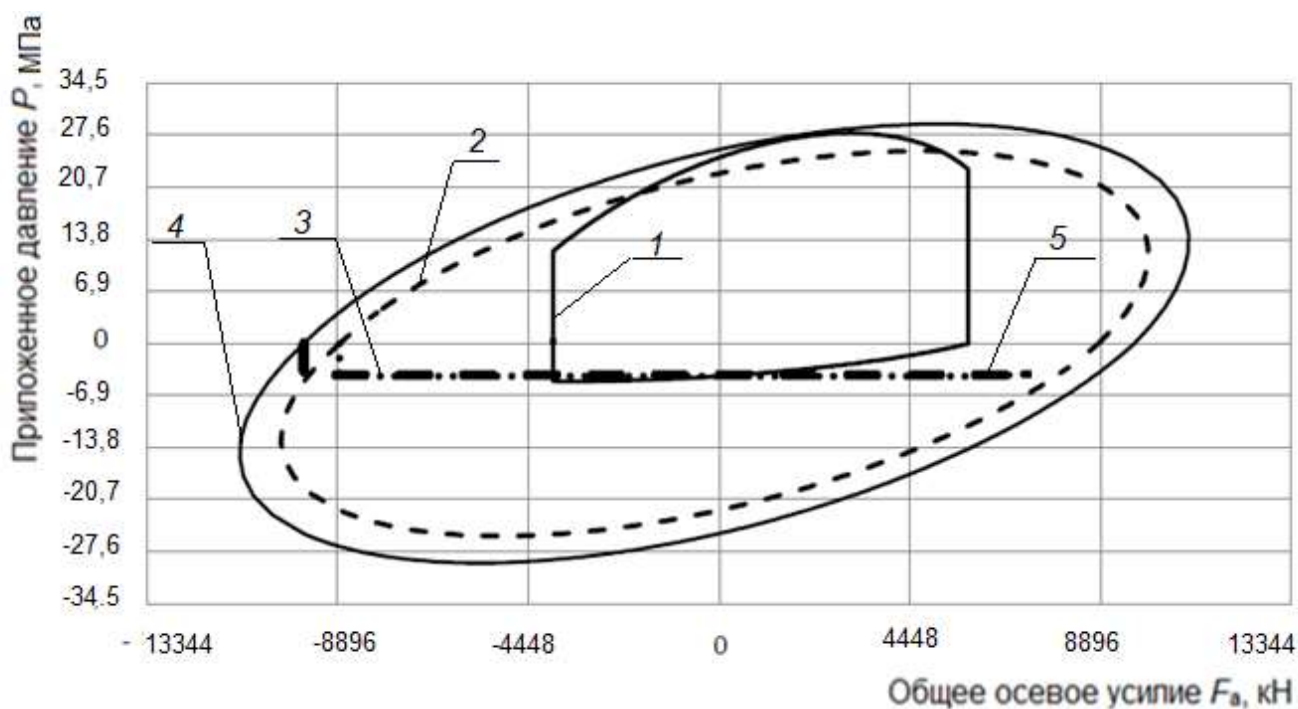

1 – СЕЕ^а; 2 – кривая 1^а; 3 – кривая 2^а; 4 – кривая 4^а; 5 – кривая 5^а

Рисунок D.39 – СЕЕ^а испытательного образца

Приложение Е
(справочное)

Определение диапазона нагрузок, создаваемых нагрузочным устройством

Предположим, что нагрузочное устройство на 2000 кН откалибровано в диапазоне от 100 до 2000 кН. В таблице Е.1 приведены средние значения за два прохода и процентная погрешность определения нагрузок, создаваемых нагрузочным устройством, по показаниям прибора.

Т а б л и ц а Е.1 – Типичные результаты определения диапазона нагрузок, создаваемых нагрузочным устройством (от 100 до 2000 кН)

		Нагрузка по показаниям прибора, кН	Фактическая нагрузка, кН	Погрешность измерений, кН	Погрешность измерений, %
Проход калибровки 1	Повышение нагрузки	105,0	100,0	5,0	4,76
		201,0	200,0	1,0	0,50
		400,5	400,0	0,5	0,12
		599,0	600,0	- 1,0	- 0,17
		797,5	800,0	- 2,5	- 0,31
		999,5	1000,0	- 0,5	- 0,05
		1201,5	1200,0	1,5	0,12
		1404,0	1400,0	4,0	0,28
		1606,0	1600,0	6,0	0,37
		1797,0	1800,0	- 3,0	- 0,17
	1991,0	2000,0	- 9,0	-0,45	
	Понижение нагрузки	1991,0	2000,0	- 9,0	- 0,45
		1798,0	1800,0	- 2,0	- 0,11
		1605,0	1600,0	5,0	0,31
		1403,0	1400,0	3,0	0,21
		1201,0	1200,0	1,0	0,08
		1001,0	1000,0	1,0	0,10
		799,0	800,0	- 1,0	- 0,13
		601,0	600,0	1,0	0,17
		399,0	400,0	- 1,0	- 0,25
201,0		200,0	1,0	0,50	
104,0	100,0	4,0	3,85		

Окончание таблицы Е.1

		Нагрузка по показаниям прибора, кН	Фактическая нагрузка, кН	Погрешность измерений, кН	Погрешность измерений, %	
Проход калибровки 2	Повышение нагрузки	104,0	100,0	4,0	3,85	
		202,0	200,0	2,0	0,50	
		401,5	400,0	1,5	0,12	
		598,0	600,0	- 2,0	- 0,17	
		798,5	800,0	- 1,5	- 0,31	
		999,1	1000,0	- 0,9	- 0,05	
		1201,0	1200,0	1,0	0,12	
		1403,0	1400,0	3,0	0,28	
		1605,0	1600,0	5,0	0,37	
		1798,0	1800,0	- 2,0	- 0,17	
	1992,0	2000,0	- 8,0	- 0,45		
		Понижение нагрузки	1992,0	2000,0	- 8,0	- 0,45
			1797,0	1800,0	- 3,0	- 0,11
			1603,0	1600,0	3,0	0,31
			1401,0	1400,0	1,0	0,21
			1204,0	1200,0	4,0	0,08
			1003,0	1000,0	3,0	0,10
			797,0	800,0	- 3,0	- 0,13
			603,0	600,0	3,0	0,17
			400,5	400,0	0,5	- 0,25
	200,5		200,0	0,5	0,50	
	103,0	100,0	3,0	3,85		
<p>Примечание – При нагрузке 100 кН процентная погрешность превышает $\pm 1,0$ %, поэтому используемый диапазон нагрузок составляет от 200 до 2000 кН.</p>						

Приложение F (справочное)

Контроль номенклатуры продукции

F.1 Общие положения

Изготовители и заказчики при оценке качества изделий могут использовать результаты полномасштабных испытаний конструкции резьбового соединения, проведенных в соответствии с требованиями заданного уровня CAL настоящего стандарта, путем экстраполяции/интерполяции полученных эксплуатационных характеристик на разные D , D/t , группы прочности и т.п. Признано, что полномасштабные стендовые испытания резьбовых соединений каждого диаметра, массы и группы прочности практически не осуществимы и в них нет необходимости. Кроме того, у разных заказчиков могут быть разные внутренние нормативные документы, позволяющие выполнять контроль номенклатуры продукции; поэтому важно, чтобы компания по проектированию резьбы перед началом испытаний достигла соглашения с заказчиком. Из-за ограничений, касающихся соотношений стойкости к утечкам и свойств резьбовых смазок, недостаточно при аттестации резьбовых соединений полагаться только на расчет, например, методом конечных элементов FEA.

В настоящем приложении сформулированы общие принципы контроля номенклатуры продукции путем оценки большой группы размеров, массы и группы прочности одной конструкции резьбового соединения, при проведении испытаний указанного количества резьбовых соединений в соответствии с требованиями настоящего стандарта для выбранного CAL в сочетании с сокращенными испытаниями образцов, с применением анализа или без проведения испытания по согласованию между заказчиком и компанией по проектированию резьбы.

F.2 Контроль номенклатуры продукции

F.2.1 Принцип

Номенклатура продукции включает совокупность изделий, спроектированных по общим критериям. Перечень общих критериев приведен в F.3. Контроль номенклатуры продукции может охватывать весь диапазон размеров и массы изделий или может быть ограничен размерами насосно-компрессорных или обсадных труб или иными параметрами, установленными компанией по проектированию резьбы.

На рисунках F.1 и F.2 схематично приведены два примера графического представления номенклатуры продукции.

Полномасштабные испытания для шести комбинаций размера/массы при выбранном CAL с использованием процедур, рассмотренных в настоящем стандарте, приведены на рисунках F.1 (пронумерованные круги) и F.2 (закрашенные круги). Полномасштабные стендовые испытания следует проводить на толстостенной и тонкостенной трубах и на предельных размерах, с использованием высокопрочных материалов (например, групп прочности P110 или Q125 по ГОСТ 31446) для обеспечения высокого внутреннего давления в точках 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дополнительно к полномасштабным испытаниям, для контроля характеристик резьбового соединения на материалах с низким пределом текучести (например, группы прочности L80 по ГОСТ 31446) должны быть выполнены сокращенные испытания образца в точках 1, 3 и 5 на рисунке F.1.

F.2.2 Экстраполяция/интерполяция

На рисунке F.1 результаты полномасштабных испытаний резьбовых соединений (пронумерованные круги) обобщают комбинации размера/массы, прошедшие контроль с помощью сокращенных испытаний образца или анализа (пустые или перечеркнутые круги). Области интерполяции ограничены комбинациями размера/массы резьбовых соединений, подвергнутых полномасштабным испытаниям, прошедших контроль путем анализа или сокращенного испытания образца, и прямыми линиями между точками полномасштабных испытаний. Заказчик может потребовать проведение дополнительного испытания или анализа резьбовых соединений в области интерполяции, обозначенной пустым кругом. Любые комбинации размера/массы, которые соответствуют критериям проектирования и которые находятся в пределах этой области, могут считаться проверенными с помощью контроля номенклатуры продукции.

На рисунке F.2 результаты полномасштабных испытаний резьбовых соединений (закрашенные круги) обобщают комбинации размера/массы, прошедшие контроль с помощью сокращенных испытаний образца (пустой круг с цифрой «1» в центре). Резьбовые соединения, обозначенные треугольником, могут требовать или не требовать испытаний или анализа. Резьбовые соединения, обозначенные пустым кругом с цифрой «2» в центре, указывают на возможность испытания с двумя образцами вместо полномасштабного испытания CAL при повышении максимального рабочего давления (за счет увеличения группы прочности или толщины стенки или уменьшения диаметра).

TLE резьбового соединения, полученного интерполяцией, должен быть ограничен до наименьшей величины в процентах от области тела трубы по Мизесу (PBVME) или CEE, в зависимости от того, что применимо, и (или) давления смятия по ISO/TR 10400:2018 в четырех точках в каждой интерполированной области, в которых были успешно пройдены полномасштабные испытания (закрашенные круги) комбинаций размера/массы,

формирующих ограниченную область. Класс давления этих комбинаций размера/массы, расширенных интерполяцией, должен быть не больше давлений, успешно проверенных во время полномасштабных испытаний полностью испытанных резьбовых соединений, если не будет проведено дополнительное испытание, определенное заказчиком для подтверждения повышения давления.

В каждом случае, склонность к заеданию резьбовых соединений, полученных интерполяцией, должна быть не выше, чем у исходных резьбовых соединений, прошедших полномасштабные испытания. В некоторых случаях, для оценки заедания при изменении химического состава материала может потребоваться испытание на свинчивание/развинчивание. Или, в случае замены противозадирной смазки резьбы, следует рассмотреть возможность проведения испытаний на свинчивание/развинчивание и сокращенного испытания образца.

F.2.3 Группы прочности

Резьбовые соединения, прошедшие контроль на мартенситной нержавеющей стали (например 13Cr), могут считаться прошедшими контроль на углеродистой стали той же прочности, а также могут быть признаны прошедшими контроль на углеродистой стали меньшей прочности. При этом обратной связи может не быть. Например, резьбовое соединение, прошедшее контроль на L80, не будет признано прошедшим контроль на 13Cr80. Причинами являются повышение склонности к заеданию, разные способы обработки поверхности, изменение некоторыми компаниями по проектированию резьбы предельных отклонений для своих изделий из 13Cr, и появляется расхождение кривых зависимости деформации от напряжения.

Резьбовые соединения, прошедшие контроль на высоколегированных материалах (22Cr и т.д.), считаются прошедшими контроль на углеродистой или мартенситной нержавеющей стали той же прочности и могут быть признаны прошедшими контроль на материалах меньшей прочности. При этом обратной связи может не быть. При изменении высоколегированных материалов на углеродистые группы прочности по API, компании по проектированию резьбы и заказчику рекомендуется, как минимум, выполнить процедуры свинчивания/развинчивания для подтверждения того, что отсутствует увеличение заедания резьбы или уплотнения металл-металл, поскольку вероятно, что обработка поверхности изменится.

Если при испытаниях резьбовых соединений с использованием анизотропных материалов было подтверждено соответствие резьбового соединения максимальному пределу текучести материала (в отличие от указанного пределом текучести), то та же процентная величина, при которой данное резьбовое соединение прошло испытание,

может быть применена к изотропным материалам; а если было подтверждено соответствие резьбового соединения минимальному пределу текучести анизотропного материала, то результаты испытаний могут быть преобразованы для изотропного материала путем умножения на отношение минимального предела текучести к максимальному пределу текучести.

F.2.4 Размеры и масса

В таблице F.1 приведены в качестве примера размеры, подлежащие полномасштабным испытаниям в соответствии со схемой, приведенной на рисунке F.1.

Для целей испытания номенклатуры продукции, резьбовое соединение размером 196,85 мм может рассматриваться как особая весовая категория резьбовых соединений размером 193,68 мм; резьбовое соединение 250,83 мм может рассматриваться как особая весовая категория резьбовых соединений размером 244,48 мм; и резьбовое соединение 346,08 мм может рассматриваться как особая весовая категория резьбовых соединений размером 339,73 мм. Другие особые весовые категории резьбовых соединений необходимо согласовывать с компанией по проектированию резьбы и заказчиком.

F.2.5 Критерии проектирования

Компания по проектированию резьбы должна иметь документированные критерии проектирования изделий для всей заявленной номенклатуры продукции. Критерии проектирования изделий должны быть доступны заказчику. Минимальный перечень параметров, которые должны быть включены в критерии проектирования, приведен в F.3. В пределах областей интерполяции конструкция резьбового соединения должна быть аналогичной или сопоставимой с резьбовыми соединениями, прошедшими полномасштабные испытания. Линейные размеры (длины, диаметры, толщины, шаг резьбы, высота резьбы, и их предельные отклонения и т.д.) должны быть одинаковыми (постоянными) или должны быть ограничены своими значениями в испытываемых комбинациях размера/массы.

Для распределения результатов испытаний по всей области экстраполяции/интерполяции, критерии проектирования должны продемонстрировать эксплуатационные характеристики в области экстраполяции/интерполяции, сопоставимые характеристикам резьбовых соединений, прошедших полномасштабные испытания. В этом контексте сопоставимость характеристик означают, что основные параметры, определяющие эксплуатационные характеристики резьбовых соединений, ограничены своими значениями в тех комбинациях размера/массы, в которых они прошли полномасштабные испытания. Эти основные параметры приведены в F.3, и включают напряжения и деформации в ограничивающих областях, а также напряжение в


минимальном поперечном сечении стенки (для класса прочности при растяжении), окружное напряжение (для класса прочности при разрыве), и напряжение на поверхности уплотнения (для класса герметичности).

F.2.6 Уровни оценки резьбовых соединений

Распределение результатов испытаний на область экстраполяции/интерполяции возможно для наименьшего CAL, представляющего комбинацию размера/массы, ограничивающего область интерполяции. Например, на рисунке F.1 предполагается, что комбинации 1, 2 и 3 испытаны на соответствие CAL III, комбинация 4 испытана на соответствие CAL IV, и комбинации 5 и 6 испытаны на соответствие CAL II. Тогда область интерполяции 1 считается испытанной на соответствие CAL III, а область интерполяции 2 – на соответствие CAL II. Как комбинация одного размера, массы и группы прочности, комбинация 4 является соединением, прошедшим полномасштабные испытания на соответствие CAL IV, и может быть рассмотрено заказчиком как соединение, испытанное на соответствие CAL IV.

F.2.7 Сокращенные стендовые испытания соединений, полученных интерполяцией

Сокращенные стендовые испытания могут быть выполнены с целью дополнительного контроля и подтверждения соответствия или тенденций изменения эксплуатационных характеристиках резьбовых соединений. Для соединений T&C следует провести испытание на заедание при свинчивании/развинчивании на одном образце с наихудшим случаем заедания (обычно образец 3). Для испытаний на герметичность в соответствии с требованиями настоящего стандарта для выбранного CAL требуется не менее одного образца с наихудшим уплотнением.

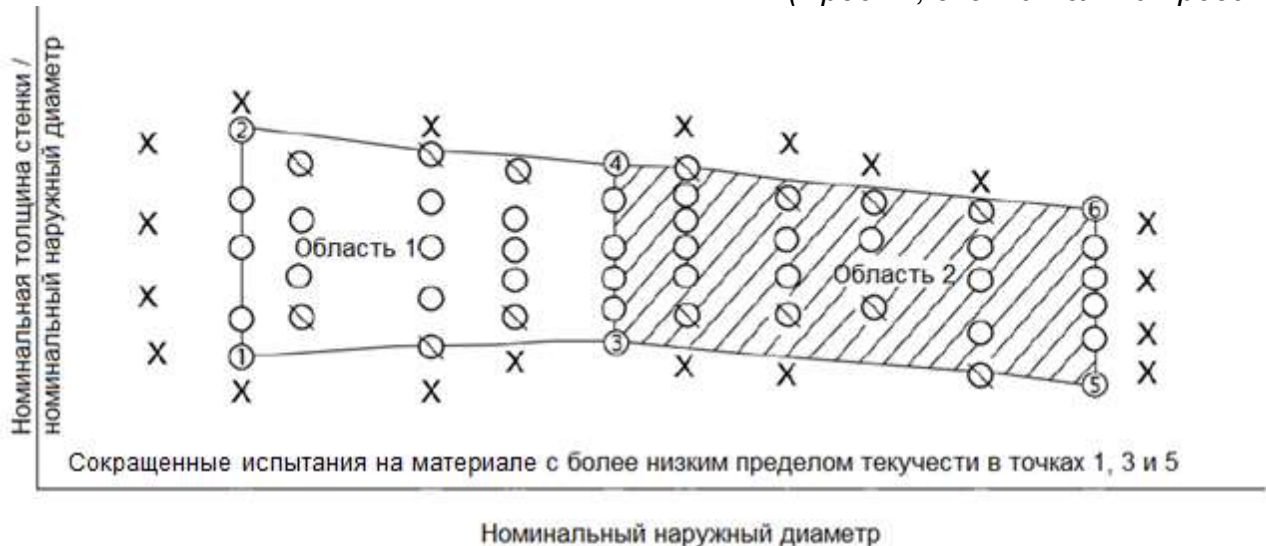


- ① Комбинации размер/масса, показанные в виде пронумерованных кругов (1, 2, 3, 4, 5 или 6), являются полностью испытанными в соответствии с выбранным уровнем CAL.
- Результаты испытаний распространяются на комбинации размер/масса, показанные в виде пустых кругов по доступной номенклатуре продукции. Заказчик может выбрать проведение сокращенных, анализ или отсутствие испытания.
- X Результаты испытаний не могут быть распространены на комбинации размер/масса, показанные в виде X (т.е. без экстраполяции).
- ⊘ Комбинации размер/масса относится к укороченным испытаниям или аналитическим испытаниям.

Рисунок F.1 – Контроль номенклатуры продукции (пример 1)

Т а б л и ц а F.1 – Размеры для полномасштабных испытаний, соответствующие рисунку F.1

Испытывается следующий размер, мм	Следующий больший размер, который будет испытан, мм
26,7	до 48,3 включ.
33,4	до 52,4 включ.
42,2	до 60,325 включ.
48,3	до 73,0 включ.
52,4	до 88,9 включ.
60,3	до 101,6 включ.
73,0	до 114,3 включ.
88,9	до 127,0 включ.
101,6	до 139,7 включ.
114,3	до 168,3 включ.
127,0	до 177,8 включ.
139,7	до 193,7 включ. или 196,8
168,3	до 219,1 включ.
177,8	до 244,5 включ. или 250,8
193,7 или 196,8	до 273,0 включ.
219,1	до 298,45 включ.
244,5 или 250,8	до 339,7 включ. или 346,1
273,0	до 339,7 включ. или 346,1
298,45	до 406,4 включ.
339,7 или 346,1	до 473,1 включ.
406,4	до 508,0 включ.
473,1	до 508,0 включ.

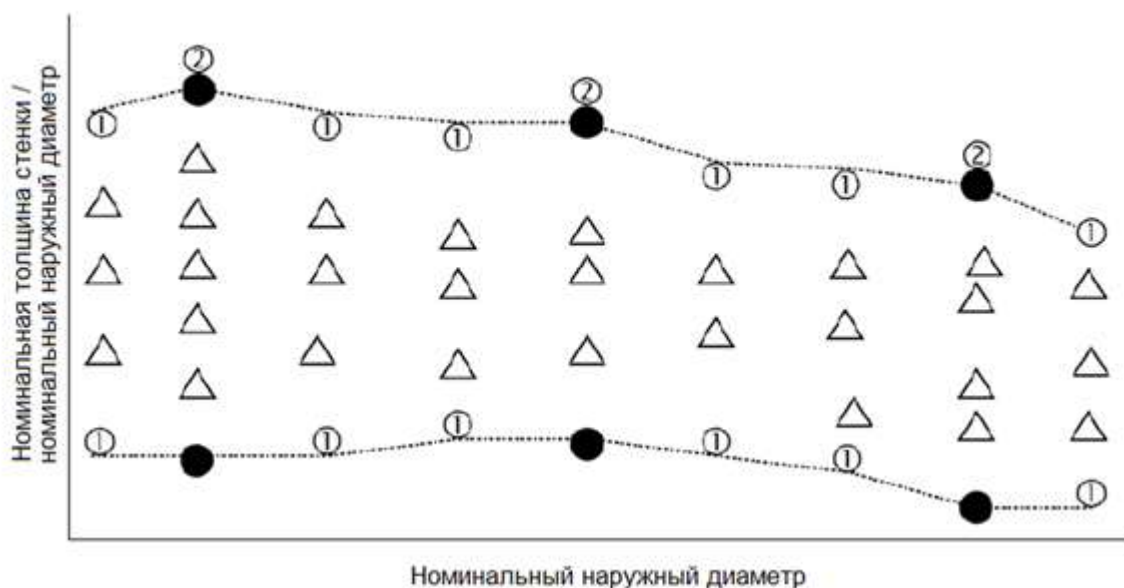

- Полностью испытанное резьбовое соединение для выбранного уровня CAL; обычно данные испытания выполняются на наиболее часто используемой массе и высоком пределе текучести материала.
- ① Минимальное испытание одного образца или по согласованию с заказчиком анализ методом конечных элементов FEA, для изменения диаметра относительно исходного полномасштабного испытания CAL, без увеличения максимального эксплуатационного давления в резьбовом соединении
- ② Минимальное испытание двух образцов относительно исходного полномасштабного испытания CAL, для увеличения максимального эксплуатационного давления (вследствие увеличения группы прочности, или толщины стенки, или уменьшения наружного диаметра). Обычно выполняется только на следующей большей массе для полномасштабного испытания резьбового соединения на уровень CAL III; однако необходимы входные параметры от заказчика.
- △ По требованию заказчика (т.е. возможно отсутствие испытания, сокращенные испытания, или анализ методом конечных элементов FEA).

Рисунок F.2 – Контроль номенклатуры продукции (пример 2)

F.3 Критерии разработки номенклатуры продукции

Компания по проектированию резьбы должна подготовить и предоставить заказчику заполненное приложение А, в том числе список номеров чертежей продукции и текущие статусы изменений, включенные в комбинации размер/масса в номенклатуре продукции. Таким образом, компания по проектированию резьбы должна предоставить номер чертежа продукции и статус изменения, по которому каждое резьбовое соединение прошло первоначальные испытания, и задокументировать любые соответствующие расхождения. По каждому размеру, массе и группе прочности в номенклатуре продукции следует указывать следующую информацию:

а) анализ основных размеров резьбовых соединений и предельных отклонений, включая следующее:

- 1) шаг резьбы;
- 2) конусность;

- 3) высоту резьбы;
- 4) профиль резьбы;
- 5) угол и высоту заплечика для передачи крутящего момента;
- 6) конусность уплотнения (если углы конусности уплотнения различаются между размерами, то величину дифференциала уплотнения);
- 7) длины уплотнений (ниппель и муфта);
- 8) длину ниппельного наконечника;
- 9) расстояние от торца ниппельного наконечника до начала резьбы;
- 10) натяг/зазор резьбы в эталлонной точке (средний диаметр резьбы, ближайшее уплотнение металл-металл, и на торце муфты);
- 11) влияние методики калибровки на натяг резьбы ближайшего уплотнения металл-металл и на торце муфты;
- 12) первичный натяг/зазор уплотнения;
- 13) вторичный натяг/зазор уплотнения;
- 14) толщину стенки ниппельного наконечника;
- 15) толщину стенки муфты в уплотнения металл-металл;
- 16) наружный диаметр муфты и наружный диаметр профиля;
- 17) критические области поперечного сечения (ниппель и муфта);
- 18) контактное давление в области уплотнения металл-металл;
- 19) профиль контактного давления в области уплотнения металл-металл;
- 20) расстояние от ниппельного наконечника до осевой линии уплотнительного соединения;
- 21) специальные предельные отклонения на механическую обработку (при наличии);
- 22) обработку противозадирным составом (ниппельный элемент и муфта), включая напыляемые составы;
- 23) момент свинчивания и скорость свинчивания;
- 24) резьбовые смазки (тип и количество);
- 25) план контроля за процессом производства/план качества (PCP/QP) с копиями применяемых документов (включая приложение к PCP/QP, в котором перечислены все вспомогательные документы с указанием даты выпуска и статуса изменения по состоянию на момент проведения испытаний резьбовых соединений);
- 26) качество отделки поверхности уплотнения ниппельного элемента (после изготовления);

27) отделка поверхности уплотнения раструбного элемента (после изготовления);

b) для резьбового соединения с канавкой под уплотнительное кольцо указывают следующее:

- 1) отношение канавки к диаметру эластичного уплотнения;
- 2) отношение канавки к ширине эластичного уплотнения;
- 3) отношение глубины канавки к толщине эластичного уплотнения;
- 4) отношение ширины канавки к шагу резьбы;
- 5) отношение глубины канавки к высоте резьбы муфты;
- 6) отношение наружного диаметра канавки к внутреннему диаметру резьбы муфты;
- 7) толщина стенки муфты над канавкой под уплотнительное кольцо;
- 8) натяг/зазор между внутренним диаметром уплотнительного кольца и высотой резьбы муфты;
- 9) расположение канавки относительно уплотнения металл-металл;
- 10) объемный коэффициент наполнения;
- 11) контактное давление эластичного уплотнения (при наличии);
- 12) диаграмма «торнадо», показывающая влияние резьбовых элементов на наполнение эластичным уплотнением.

Приложение G

(справочное)

Испытания в особых условиях эксплуатации

G.1 Общие положения

Настоящий стандарт охватывает испытания резьбовых соединений, предназначенных для эксплуатации в наиболее часто встречающихся условиях. В настоящем приложении приведены рекомендации по проведению дополнительных испытаний резьбовых соединений, предназначенных для эксплуатации в особых условиях, которые должны быть согласованы между изготовителем и заказчиком.

G.2 Особые условия эксплуатации

Примерами особых условий эксплуатации являются:

- a) приложение момента развинчивания против часовой стрелки при одновременном проведении другой последовательности испытаний;
- b) испытание резьбовых соединений с многоэлементными уплотнениями;
- c) скопление резьбовой смазки под давлением;
- d) горизонтальные и длинные скважины, требующие высокой прочности на сжатие и кручение;
- e) скважины со средним и малым радиусами кривизны;
- f) буровые платформы на телескопических опорах, плавающие платформы, нежесткие вышки;
- g) геотермальные скважины и скважины для закачки пара;
- h) испытание на свинчивание/развинчивание для моделирования особо тяжелых условий эксплуатации;
- i) осадка поверхности, уплотнение пласта или соляных структур;
- j) быстрое охлаждение (закалка) уплотнения резьбового соединения;
- k) вероятностные характеристики резьбового соединения;
- l) забивка направляющих труб;
- m) механические соединения трубопроводов;
- n) высоколегированные коррозионностойкие материалы с анизотропными свойствами;
- o) высокотемпературные скважины;
- p) эксплуатация в кислой среде.

G.3 Рекомендации по эксплуатации в особых условиях

G.3.1 Скважины со средним/малым радиусами кривизны

Траектория скважины со средним/малым радиусами кривизны характеризуется профилем с высокой эффективной степенью прогиба (D_{leg}), превышающей 20° на длине 30 м, после которого расположен почти горизонтальный участок. При прохождении насосно-компрессорных и обсадных труб в скважину такого профиля их резьбовые соединения подвергаются высоким изгибающим нагрузкам в момент прохождения участка(ов) с малым радиусом. Для преодоления сопротивления трения и механического сопротивления скважины может потребоваться вращение таких труб. Для подтверждения герметичности резьбового соединения при эксплуатации в таких условиях рекомендуется проведение испытаний гидростатическим давлением (или давлением газа) с изгибом до запланированного значения D_{leg} плюс запас прочности.

G.3.2 Испытание на свинчивание/развинчивание для моделирования полевых условий

Такие испытания проводят на патрубках, собранных в контролируемых лабораторных условиях. Реальное свинчивание в полевых условиях может проходить при воздействии ряда неблагоприятных факторов:

- a) применяют полноразмерные соединения (PSL-2 или PSL-3 по ГОСТ 31446 для насосно-компрессорных и обсадных труб);
- b) спуск и свинчивание производятся в вертикальном положении;
- c) эксплуатация может проводиться в тяжелых климатических и погодных условиях, например, при дожде, ветре, низких или высоких температурах;
- d) возможно неточное центрирование, например, буровой вышки над буром или бура над скважиной;
- e) в открытом море может оказывать влияние перемещение плавучей буровой установки и даже стационарной глубоководной установки;
- f) при наличии нескольких резьбовых соединений в длинной колонне, человеческий фактор может оказывать влияние на нанесение смазки, спуск, свинчивание, окончательное довинчивание и т.п.;
- g) подъемные операции при ремонтных работах требуют развинчивания резьбовых соединений после длительного пребывания в тяжелых условиях воздействия температуры, углеводородов и т. п.

Перечисленные факторы могут служить обоснованием для моделирования полевых условий эксплуатации/спуске труб для отдельных проектов. Например, полноразмерное соединение или патрубков, масса которого соответствует полноразмерному соединению, может быть посажен в муфту и свинчен с ней.

Эту процедуру можно повторять при разных углах наклона резьбового соединения

для моделирования неправильной посадки при сильном ветре. Аналогично испытания на свинчивание/развинчивание можно проводить с эксцентриситетом масс, для моделирования нагрузок, вызывающих несоосность. Для более точного моделирования условий развинчивания при ремонте можно осуществлять нагрев резьбового соединения между операциями свинчивания и развинчивания, чтобы смоделировать ухудшение свойств резьбовой смазки во время эксплуатации.

G.3.3 Скопление резьбовой смазки под давлением

Скопление резьбовой смазки в резьбовом соединении может существенно ухудшить эксплуатационные характеристики резьбового соединения. Это может привести к значительной пластической деформации в области уплотнения, при этом момент свинчивания будет расходоваться на преодоление сопротивления скопления смазки, что приведет к уменьшению предварительного натяга в соединении.

Если необходимо оценить влияние количества резьбовой смазки на эксплуатационные характеристики резьбового соединения, то рекомендуется следующая процедура испытания:

a) для контроля давления смазки в области резьбы во время свинчивания сверлят отверстие в ниппельном или раструбном элементе после первого уплотнения, находящегося под действием внутреннего давления. В отверстии нарезают резьбу для подсоединения датчика давления непосредственно или через короткую жесткую нагнетательную трубку;

b) перед свинчиванием резьбового соединения измеряют диаметр уплотнения и диаметр прилегающего к уплотнению отверстия;

c) наносят резьбовую смазку способом и в количестве, соответствующим рекомендациям изготовителя. Заполняют смазкой полость и линию к датчику и к манометру;

d) свинчивают резьбовое соединение с минимальным моментом свинчивания, рекомендованным изготовителем;

e) измеряют и регистрируют давление резьбовой смазки (с датчиком давления следует использовать аналоговую или высокоскоростную цифровую систему);

f) развинчивают резьбовое соединение, очищают резьбу и уплотнение, повторно измеряют размеры резьбового соединения;

g) повторяют шаги c) – f) с нормальным моментом свинчивания, рекомендованным изготовителем;

h) повторяют шаги c) – f) с максимальным моментом свинчивания, рекомендованным изготовителем;

i) повторяют шаги с) – h) с количеством резьбовой смазки, вдвое больше рекомендованного изготовителем;

j) повторяют шаги с) – h) с количеством резьбовой смазки, втрое больше рекомендованного изготовителем.

Если при применении резьбовой смазки в рекомендованном изготовителем количестве будет отмечена чрезмерная пластическая деформация, то при использовании резьбового соединения необходима особая осторожность.

Если чрезмерная пластическая деформация будет отмечена при применении количества резьбовой смазки, вдвое или втрое больше рекомендованного изготовителем, то необходимо предупредить персонал, осуществляющий эксплуатацию, о последствиях нанесения избыточного количества смазки и рассмотреть возможность применения специальных действий по дозированию смазки.

G.3.4 Изоляция многоэлементных уплотнений

Настоящий стандарт предусматривает процедуры испытаний резьбовых соединений с многоэлементным уплотнением, при этом каждое испытывают со всеми уплотнениями является рабочим и не имеет спускных отверстий или каналов, т.е. так, как они должны эксплуатироваться. Однако для лучшей оценки эффективности отдельных уплотнений заказчик может потребовать индивидуального испытания уплотнений. Например, каждое отдельное уплотнение можно испытать под первичным давлением при неработающих остальных уплотнениях.

Испытания под внутренним давлением резьбовых соединений с многоэлементными уплотнениями рекомендуется проводить только на двух уплотнениях, максимально близких к центру. Все остальные уплотнения считаются при этом внешними, и между ними следует сделать зазор или направить поток в обход них, чтобы они стали нерабочими.

G.3.5 Воздействие напряжений за пределом текучести

В некоторых пластах при потере порогового давления происходит разрыв нефтеносного пласта. Этот разрыв вызывает оседание грунта пласта и может привести к вертикальному смещению колонны в скважине. Вертикальные и боковые смещения скважины могут быть также вызваны движением соляных пластов. В таких условиях в скважине могут возникать нагрузки, существенно превышающие предел текучести трубы.

Для таких условий эксплуатации следует предусмотреть испытания высокими осевыми сжимающими и изгибающими нагрузками. В некоторых случаях смещение пород может привести к полному разрыву колонны или закрытию скважины. Это необходимо учитывать при проектировании скважины.

Геология приповерхностных областей в арктических регионах может создавать в

скважине условия, при которых на колоннах труб возникают сжимающие напряжения, превышающие предел текучести. В этих регионах вблизи поверхности земли имеется слой вечной мерзлоты. Бурение скважины и добыча могут привести к таянию вечной мерзлоты и вызвать осадание грунта в скважине. При этом колонны труб испытывают медленно возрастающую осевую сжимающую нагрузку, которая может превысить предел текучести труб. В некоторых случаях сжатие может привести к локальной потере продольной устойчивости.

Испытание резьбовых соединений для применения в таких условиях должно включать осевое сжатие до деформаций 2 % или больше. Образцу потребуются боковые опоры для предотвращения потери устойчивости и продольного изгиба. При проектировании скважины и испытаниях также следует уделить внимание изгибающим нагрузкам.

G.3.6 Условия быстрого охлаждения

В скважинах с чрезвычайно высокими температурами колонны насосно-компрессорных труб работают при температурах, превышающих норму. При некоторых условиях эксплуатации, например, при глушении или кислотной обработке скважины, по насосно-компрессорным трубам может подаваться холодная жидкость, вызывающая быстрое охлаждение. Это охлаждение может стать причиной того, что термоусадка уплотнения ниппеля будет происходить быстрее, чем у муфты, и первичное уплотнение металл-металл может выйти из сопряжения, вызывая утечку в соединении.

Некоторыми операторами разработаны и применяются процедуры испытаний для оценки последствий быстрого охлаждения или закалки. Для скважин с чрезвычайно высокими рабочими температурами, которые могут испытывать такое быстрое охлаждение насосно-компрессорных труб, следует рассмотреть возможность испытания резьбовых соединений насосно-компрессорных труб на такую нагрузку.

G.3.7 Применение стимуляции

Для улучшения добычи в некоторые продуктивные пласты закачивают специальные жидкости, при этом нагрузки контролируют механически, с поверхности. Глубоководные и высокотемпературные скважины испытывают высокое растяжение и внутреннее давление, а также высокое сжатие и наружное давление в результате действия пластового давления и температуры в течение срока эксплуатации скважины, процесс нагнетания сам по себе также может создавать максимальное напряжение и нагрузки.

Испытания на пригодность к таким условиям эксплуатации должны включать воздействие высокими нагрузками на осевое растяжение, внутреннее давление и изгиб с выполнением более 20 циклов нагружения, включающими внутреннее давление и

растяжение, с изгибом и без него. В некоторых случаях, смещение может привести к полному разрыву колонн. Следует предусмотреть испытание при повышенной температуре не менее 135 °С, с изгибом свыше 20°/30 м, с переходом на температуру окружающей среды во время циклического испытания под давлением. Для определения пределов соединения после циклического испытания следует предусмотреть испытание на растяжение с повышением внутреннего давления до разрушения. Кроме того, в зависимости от необходимости установки колонны на место, могут пригодиться методы испытаний на пригодность к эксплуатации в удлиненных и горизонтальных скважинах, рассмотренные в G.3.10.

G.3.8 Обратный крутящий момент

Для эксплуатации резьбового соединения при обратном крутящем моменте может потребоваться оценка стойкости резьбового соединения к обратному крутящему моменту. Например, заказчик может потребовать, чтобы резьбовое соединение выдерживало обратный крутящий момент, равный 60 % момента свинчивания. Насосно-компрессорные трубы могут испытывать воздействие обратного крутящего момента в дополнение к внутреннему давлению, циклическому растяжению-сжатию и изгибу.

Кручение против часовой стрелки можно имитировать при помощи противовеса, закрепленного на рычаге, или при помощи другой системы, например, гидравлической. На теле трубы около резьбового соединения можно разместить тензометры для подтверждения правильного приложения кручения. Для расчета нагружения можно учесть величину напряжения при скручивании путем регулировки нагружения таким образом, напряжения в соединении не превышали предел текучести предела текучести.

G.3.9 Закачивание пара и геотермальное бурение

В скважинах, в которых используется закачка пара в пласт, и в геотермальных скважинах, колонны обсадных и насосно-компрессорных труб могут подвергаться воздействию чрезвычайно высоких осевых нагрузок. Относительно высокая температура закачиваемого пара вызывает термическое расширение, напряжения от которого в колонне труб могут превысить предел текучести материала. Во время добычи температура в скважине снижается, и колонна труб испытывает растяжение, которое также может превысить предел текучести. Геотермальные скважины также подвергаются воздействию больших температурных колебаний при прекращении отвода пара.

Для оценки соединений, отобранных для испытаний, требуется воздействие на соединение осевой сжимающей и растягивающей нагрузок. Испытание должно включать нагрев и охлаждение испытательного образца резьбового соединения до ожидаемых температур скважины при закрепленных концах образца и приложенном внутреннем

давлении. Необходимо учесть изгиб образца, как при эксплуатации, так и при испытании.

G.3.10 Удлиненные и горизонтальные скважины

В таких скважинах для вращения колонны к резьбовому соединению может быть применен высокий крутящий момент, который должен соответствовать заданному диапазону крутящих моментов резьбового соединения.

Если выбран стандартный момент свинчивания резьбового соединения, близкий к максимально возможному, соответствующему пределу текучести материала, то дополнительные испытания не требуются. Если запас между максимальным моментом свинчивания и моментом на пределе текучести более 10 %, то заказчик может потребовать дополнительной оценки сопротивления чрезмерному крутящему моменту.

Можно рекомендовать повторить свинчивание как указано в 7.2.2 с максимальным моментом, затем приложить момент свинчивания, на 10 % меньше момента на пределе текучести, развинтить резьбовое соединение, очистить и проверить калибром. Результаты измерений указывают на рисунке В.6 в соответствии с 7.2.

G.3.11 Забивка направляющих труб и их соединений

Направляющие трубы могут быть установлены в заранее пробуренные скважины, или в скважины, пробуренные в мягком грунте гидравлическим способом, или забиты в него. Резьбовые соединения в забиваемых направляющих трубах испытывают при забивке большие ударные нагрузки. Эксплуатационные характеристики таких соединений не должны ухудшаться под воздействием ударных нагрузок. Для подтверждения герметичности резьбовых соединений рекомендуется следующий порядок их испытания:

- a) закрепляют тензометры и акселерометры на ниппельном и муфтовом элементах;
- b) выполняют свинчивание резьбового соединения и проводят испытание под внутренним гидростатическим давлением;
- c) имитируют забивку, нанеся по соединению 2000 ударов со скоростью 50 ударов/мин;
- d) визуально осматривают резьбовое соединение на отсутствие повреждений;
- e) повторяют гидростатическое испытание;
- f) развинчивают резьбовое соединение и проводят визуальный и измерительный контроль его компонентов;
- g) на каждом этапе испытания регистрируют показания тензометров и акселерометров; проводят анализ на чрезмерные пластические деформации и т.п.

G.3.12 Соединения трубопроводов

Резьбовые соединения для труб нефтяного сортамента (OCTG) рассчитаны на

применение внутри скважин, однако такие или подобные соединения могут применяться и в трубопроводах. Установлено несколько режимов сборки соединений в трубопроводах, включая режимы укладки труб «S-укладка», «J-укладка», «J-установка», циклическое нагружение давлением и разностью температур, изгиб и циклическое нагружение в межопорных пролетах, распространение турбулентности и волновой нагрузки при монтаже.

Рекомендуется следующий порядок аттестационных испытаний резьбовых соединений трубопроводов:

- a) выполняют пять циклов свинчивания-развинчивания;
- b) выполняют свинчивание резьбового соединения с приложением минимального момента свинчивания;
- c) проводят испытание под внутренним гидростатическим давлением;
- d) для моделирования прокладки трубопровода проводят испытание на изгиб до достижения напряжения на наружной поверхности тела трубы, равного 80 % от предела текучести, затем испытывают на изгиб в обратную сторону до достижения напряжения на внутренней поверхности тела трубы, равного 80 % от предела текучести;
- e) проводят гидростатическое испытание с достижением тангенциальных напряжений, равных 90 % от предела текучести;
- f) проводят испытание внутренним давлением газа с достижением тангенциальных напряжений, равных 80 % от предела текучести, при осевой фиксации трубы и поддержании внутреннего давления:
 - 1) температуру циклически изменяют от 4 °С до 90 °С;
 - 2) выполняют 10 циклов;
- g) проводят испытание внутренним давлением газа с достижением тангенциальных напряжений, равных 80 % от предела текучести, без осевой фиксации трубы, но при поддержании внутреннего давления:
 - 1) температуру циклически изменяют от 4 °С до 90 °С;
 - 2) выполняют 10 циклов.

G.3.13 Высокотемпературные скважины

Настоящий стандарт может применяться для испытания резьбовых соединений при температуре свыше 180 °С, при регулировании максимальной повышенной температуры, используемой при испытаниях. Для испытания резьбовых соединений с температурой свыше 288 °С при оценке необходимости программы испытаний следует учитывать ползучесть и релаксацию материала.

Библиография

[1] API RP 5A3¹⁾, Рекомендуемая практика по резьбовым многокомпонентным смазкам для обсадных, насосно-компрессорных и магистральных труб, а также элементов бурильной колонны (Recommended Practice on Thread Compounds for Casing, Tubing, and Line Pipe)

[2] API Spec 5B²⁾, Спецификация по нарезанию, измерению и контролю качества резьбы обсадных, насосно-компрессорных и магистральных труб (Specification for Threading, Gauging and Thread Inspection of Casing, Tubing, and Line Pipe Threads)

[3] API TR 5C3³⁾, Технический отчет по формулам и расчетам свойств обсадных, насосно-компрессорных и трубопроводных труб, используемых в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб. Таблицы эксплуатационных свойств обсадных и насосно-компрессорных труб. Первое издание, декабрь 2008 (Technical Report on Equations and Calculations for Casing, Tubing, and Line Pipe Used as Casing or Tubing; and Performance Properties Tables for Casing and Tubing)

[4] ASTM E9, Стандартные методы испытания на сжатие металлических материалов при комнатной температуре (Standard Test Methods of Compression Testing of Metallic Materials at Room Temperature)

[5] ASTM E21, Стандартные методы испытаний на растяжение металлических материалов при повышенных температурах (Standard Test Methods for Elevated Temperature Tension Tests of Metallic Materials)

[6] ASTM E111, Стандартный метод испытания для определения модуля Юнга, касательного модуля упругости, а также модуля материала, определяемого хордой (Standard Test Method for Young's Modulus, Tangent Modulus, and Chord Modulus)

¹⁾ Идентичен международному стандарту ISO 13678 «Petroleum and natural gas industries - Evaluation and testing of thread compounds for use with casing, tubing, line pipe and drill stem elements» (Нефтегазовая промышленность. Оценка и испытание смазок для резьбовых соединений обсадных, насосно-компрессорных и магистральных труб и элементов бурильных колонн).

На территории стран СНГ рекомендуется применять ГОСТ ISO 13678-2022 «Трубы обсадные, насосно-компрессорные, трубы для трубопроводов и элементы бурильных колонн для нефтяной и газовой промышленности. Оценка и испытание резьбовых смазок».

²⁾ На территории стран СНГ рекомендуется применять ГОСТ 34057 – 2017 «Соединения резьбовые обсадных, насосно-компрессорных труб, труб для трубопроводов и резьбовые калибры для них. Общие технические требования», включающий основные положения API Spec 5B, кроме положений, касающихся резьбового соединения «интеграл-джойнт».

³⁾ Идентичен международному стандарту ISO/TR 10400 «Petroleum and natural gas industries – Formulae and calculations for the properties of casing, tubing, drill pipe and line pipe used as casing or tubing» (Нефтяная и газовая промышленность. Формулы и расчеты для определения характеристик обсадных, насосно-компрессорных, бурильных труб и трубопроводов, применяемых в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб).

На территории стран СНГ рекомендуется применять проект ГОСТ (ISO/TR 10400:2018, MOD) «Трубы обсадные, насосно-компрессорные, бурильные и трубы для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Формулы и расчет свойств».

Приложение ДБ

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а ДБ.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
ISO 3183	IDT	ГОСТ ISO 3183-2015 «Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия»
ISO 11960	MOD	ГОСТ 31446-2017 (ISO 11960:2014) «Трубы стальные, обсадные или насосно-компрессорные для нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия»
API RP 5C5	-	*

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует.
П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:
- IDT – идентичные стандарты;
- MOD – модифицированные стандарты.

Библиография

- [1] Nowinka, Meijer, Miller (2017), *Maximizing Tubular Capacity and Well Integrity Under Near-Yield Loading*, SPE/IADC-184689-MS.

Ключевые слова: испытания, резьбовые соединения, обсадные и насосно – компрессорные трубы

Руководитель организации разработчика

Акционерное общество «Русский научно – исследовательский институт трубной промышленности» (АО «РусНИТИ»)

Генеральный директор
должность

личная подпись

И.Ю. Пышминцев
инициалы, фамилия

Руководитель
разработки

Зав. лабораторией
технического регулирования
должность

личная подпись

Н.А. Шугарова
инициалы, фамилия